

**ЧУГУН ЛЕГИРОВАННЫЙ ДЛЯ ОТЛИВОК
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ**

Марки

**ГОСТ
7769—82**

Alloy cast iron for castings of special properties.
Grades

МКС 59.080.30
ОКП 12 3000

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на легированные чугуны для отливок с повышенной жаростойкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью или жаропрочностью.

1. МАРКИ

1.1. Марки легированного чугуна для отливок указаны в табл. 1.

Чугуны подразделяются на виды и марки по преобладанию легирования и по назначению.

Применение, эксплуатационные и механические свойства чугунов приведены в приложениях 1, 3.

Таблица 1

| | Вид чугуна | Марка | Свойство отливок |
|------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| Хромистые | низколегированные | ЧХ1 | Жаростойкие |
| | | ЧХ2 | |
| | | ЧХ3 | Жаростойкие, износостойкие |
| | высоколегированные | ЧХ3Г | Износостойкие |
| | | ЧХ9Н5 | Износостойкие |
| | | ЧХ16 | Износостойкие, жаростойкие |
| | | ЧХ16М2 | |
| | | ЧХ22 | Износостойкие |
| | | ЧХ22С | Коррозионно-стойкие и жаростойкие |
| | | ЧХ28 | |
| | | ЧХ28П | Стойкие в цинковом расплаве |
| | | ЧХ28Д2 | Износостойкие и коррозионно-стойкие |
| | | ЧХ32 | Жаростойкие и износостойкие |
| Кремнистые | низколегированные | ЧС5 | Жаростойкие |
| | | ЧС5Ш | |
| | высоколегированные | ЧС13 | |
| | | ЧС15 | |
| | | ЧС17 | |
| | | ЧС15М4 | Коррозионно-стойкие в жидкой среде |
| | | ЧС17М3 | |

Продолжение табл. 1

| Вид чугуна | | Марка | Свойство отливок |
|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| Алюминиевые | низколегированные | ЧЮХШ | Жаростойкие |
| | высоколегированные | ЧЮ6С5 | Жаростойкие и износостойкие |
| | | ЧЮ7Х2 | |
| | высоколегированные | ЧЮ22Ш | Жаростойкие и износостойкие при высокой температуре |
| Мартан-цесные | | ЧЮ30 | |
| высоколегированные | ЧГ6СЭШ | Износостойкие | |
| | ЧГ7Х4 | | |
| | ЧГ8Д3 | Маломагнитные, износостойкие | |
| Никелевые | низколегированные | ЧНХТ | Коррозионно-стойкие в газовых средах двигателей внутреннего сгорания |
| | | ЧНХМД | |
| | | ЧНМШ | |
| | | ЧНДХМШ | Коррозионно-стойкие в газовых средах двигателей внутреннего сгорания, повышенной прочности |
| | высоколегированные | ЧН2Х | Износостойкие |
| | | ЧН4Х2 | |
| | | ЧН3ХМДШ | Износостойкие, повышенной прочности |
| | | ЧН4Х2 | Износостойкие |
| | | ЧН11Г7Ш | Жаропрочные и маломагнитные |
| | | ЧН15Д3Ш | |
| | | ЧН15Д7 | Износостойкие в двигателях и маломагнитные |
| | | ЧН19Х3Ш | Жаропрочные и маломагнитные |
| | | ЧН20Д2Ш | Жаропрочные, хладостойкие, маломагнитные |

П р и м е ч а н и е. В обозначении марок чугуна буквы означают: Ч — чугун; легирующие элементы: Х — хром, С — кремний, Г — марганец, Н — никель, Д — медь, М — молибден, Т — титан, П — фосфор, Ю — алюминий; буква Ш указывает, что графит в чугуне имеет шаровидную форму.

Цифры, стоящие после буквы, означают примерную массовую долю основных легирующих элементов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Химический состав легированных чугунов должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

По требованию потребителя применяют марки высоконикелевых чугунов в соответствии приложением 4.

1.3. Марка чугуна определяется химическим составом.

Допускается контролировать специальные и механические свойства, твердость, форму графита; необходимость и периодичность контроля устанавливают в нормативно-технической документации на отливку.

1.4. В чугуне с шаровидным графитом должно быть не менее 80 % включений шаровидной формы.

1.5. Виды термической обработки чугуна приведены в приложении 2. Необходимость проведения термической обработки устанавливают в нормативно-технической документации на отливку.

1.6. Механические свойства чугуна, определяемые по требованию потребителя, должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3 или в табл. 2 приложения 4.

1.7. Марки жаростойкого чугуна должны обладать сопротивлением окалинообразованию не более 0,5 г/м² · ч увеличения массы и росту не более 0,2 % при температуре эксплуатации в течение 150 ч.

1.2—1.7. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

С. 3 ГОСТ 7769—82

Таблица 2

Химический состав чугунов

| Марка чугуна | Углерод | Кремний | Массовая доля, % | | | | Молибден | Титан | Алюминий |
|--------------|---------|-----------|------------------|---------|------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | | магнезия | фосфора | серы | не более | | | |
| ЧХ1 | 3,0—3,8 | 1,5—2,5 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 0,40—1,00 | — | — | — |
| ЧХ2 | 3,0—3,8 | 2,0—3,0 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 1,01—2,00 | — | — | — |
| ЧХ3 | 3,0—3,8 | 2,8—3,8 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 2,01—3,00 | — | — | — |
| ЧХ3Т | 2,6—3,6 | 0,7—1,5 | 1,0 | 0,30 | 0,12 | 2,01—3,00 | 0,5—0,8 | 0,7—1,0 | — |
| ЧХ9Н5 | 2,8—3,6 | 1,2—2,0 | 0,5—1,5 | 0,06 | 0,10 | 8,0—9,50 | 4,0—6,0 | 0,0—0,4 | — |
| ЧХ16 | 1,6—2,4 | 1,5—2,2 | 1,0 | 0,10 | 0,05 | 13,0—19,0 | — | — | — |
| ЧХ16М2 | 2,4—3,6 | 0,5—1,5 | 1,5—2,5 | 0,10 | 0,05 | 13,0—19,0 | 1,0—1,5 | 0,5—2,0* | — |
| ЧХ22 | 2,4—3,6 | 0,2—1,0 | 1,5—2,5 | 0,10 | 0,08 | 19,0—25,0 | — | 0,15—0,35 | — |
| ЧХ22С | 0,6—1,0 | 3,0—4,0 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 19,0—25,0 | — | — | — |
| ЧХ28 | 0,5—1,6 | 0,5—1,5 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 25,0—30,0 | — | — | — |
| ЧХ28П | 1,8—3,0 | 1,5—2,5 | 1,0 | 0,8—1,5 | 0,08 | 25,0—30,0 | — | — | — |
| ЧХ28Л2 | 2,2—3,0 | 0,5—1,5 | 1,5—2,5 | 0,10 | 0,08 | 25,0—30,0 | 0,4—0,8 | 1,5—2,5 | — |
| ЧХ32 | 1,6—3,2 | 1,5—2,5 | 1,0 | 0,10 | 0,08 | 30,0—34,0 | — | — | — |
| ЧС5 | 2,5—3,2 | 4,5—6,0 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | 0,5—1,0 | — | — | — |
| ЧС5Ш | 2,7—3,3 | 4,5—5,5 | 0,8 | 0,10 | 0,03 | 0,0—0,2 | — | — | 0,1—0,3 |
| ЧС13 | 0,6—1,4 | 12,0—14,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | — | — | — | — |
| ЧС15 | 0,3—0,8 | 14,1—16,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | — | — | — | — |
| ЧС15М4 | 0,5—0,9 | 14,0—16,0 | 0,8 | 0,10 | 0,10 | — | — | 3,0—4,0 | — |
| ЧС17 | 0,3—0,5 | 16,1—18,0 | 0,8 | 0,10 | 0,07 | — | — | — | — |
| ЧС17М3 | 0,3—0,6 | 16,0—18,0 | 1,0 | 0,30 | 0,10 | — | — | 2,0—3,0 | — |
| ЧЮХ3Ш | 3,0—3,8 | 2,0—3,9 | 0,5 | 0,10 | 0,03 | 0,4—1,0 | — | — | 0,6—1,5 |
| ЧЮ6С5 | 1,8—2,4 | 4,5—6,9 | 0,8 | 0,30 | 0,12 | — | — | — | 5,5—7,0 |
| ЧЮ7Х2 | 2,5—3,0 | 1,5—3,0 | 1,0 | 0,30 | 0,02 | 1,5—3,0 | — | — | 5,0—9,0 |
| ЧЮ22Ш | 1,6—2,5 | 1,0—2,0 | 0,8 | 0,20 | 0,03 | — | — | — | 19,0—25,0 |
| ЧЮ30 | 1,0—1,2 | 0,0—0,5 | 0,7 | 0,04 | 0,08 | — | — | — | 29,0—31,0 |
| ЧГ6С3Ш | 2,2—3,0 | 2,0—3,5 | 4,0—7,0 | 0,06 | 0,03 | 0,0—0,15 | — | 0,5—1,0 | 0,5—1,5 |
| ЧГ7Х4 | 3,0—3,8 | 1,4—2,0 | 6,0—8,0 | 0,10 | 0,05 | 3,0—5,0 | — | — | — |
| ЧГ8Д3 | 3,0—3,8 | 2,0—2,5 | 7,0—9,0 | 0,30 | 0,10 | — | 0,8—1,5 | 2,5—3,5 | 0,5—1,0 |
| ЧНХТ | 2,7—3,4 | 1,4—2,0 | 0,8—1,6 | 0,3—0,6 | 0,15 | 0,2—0,6 | 0,3—0,7 | — | 0,05—0,12 |
| ЧНХМД | 2,8—3,2 | 1,6—2,0 | 0,8—1,2 | 0,15 | 0,12 | 0,2—0,7 | 0,7—1,6 | 0,2—0,5 | 0,2—0,7 |
| ЧНХМДШ | 3,0—3,6 | 2,0—2,8 | 0,6 | 0,08 | 0,03 | 0,2—0,4 | 0,6—1,0 | 0,5—0,8 | 0,2—0,6 |
| ЧНМШ | 2,8—3,8 | 1,7—3,2 | 0,8—1,2 | 0,10 | 0,03 | 0,0—0,1 | 0,8—1,5 | — | 0,3—0,7 |
| ЧН2Х | 3,0—3,6 | 1,2—2,0 | 0,6—1,0 | 0,25 | 0,12 | 0,4—0,6 | 1,5—2,0 | — | — |

Окончание табл. 2

| Марка чугуна | Углерод | Кремний | Массовая доля, % | | | | Молибден тиана | Молибден титана |
|-----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| | | | Марганец | Фосфор | Сера | Хрома | | |
| | | | не более | 0,2—0,5 | 0,2—0,5 | 0,2—0,5 | 0,7—1,5 | 0,4—1,0 |
| ЧН3ХМДШ | 3,0—3,6 | 2,0—2,8 | 0,8 | 0,03 | 0,2—0,5 | 2,5—4,5 | — | — |
| ЧН4Х2 | 2,8—3,6 | 0,9—1,0 | 0,8—1,3 | 0,30 | 0,15 | 0,8—2,5 | 3,5—5,0 | — |
| ЧН11Г7Ш | 2,3—3,0 | 1,8—2,5 | 5,0—8,0 | 0,08 | 0,03 | 1,5—2,5 | 10,0—12,0 | — |
| ЧН15Д7 | 2,2—3,0 | 2,0—2,7 | 0,5—1,6 | 0,30 | 0,10 | 1,5—3,0 | 14,0—16,0 | 5,0—8,0 |
| ЧН15Д3Ш | 2,5—3,0 | 1,4—3,0 | 1,3—1,8 | 0,08 | 0,03 | 0,6—1,0 | 14,0—16,0 | 3,0—3,5 |
| ЧН19Х3Ш | 2,3—3,0 | 1,8—2,5 | 1,0—1,6 | 0,10 | 0,03 | 1,5—3,0 | 18,0—20,0 | — |
| ЧН20Д2Ш | 1,8—2,5 | 3,0—3,5 | 1,5—2,0 | 0,03 | 0,01 | 0,5—1,0 | 19,0—21,0 | 1,5—2,0 |

* При массовой доле хрома 13—16 % и 16—19 % рекомендуемая массовая доля молибдена соответственно 2,0—1,5 % и 1,5—0,5 %.

Признаки.

1. Николеоптированные чугуны всех видов, а также высоколегированные марганицевые и никелевые за исключением марок ЧН2Х, ЧН3Т, ЧГ7Х4, ЧН4Х2 молифицируют 75 %-ным ферросилицием или другими графитизирующими присадками.
2. В хромистых чугунах и чугунах с шаровидным графитом допускается массовая доля никеля до 1,0 % или молибдена до 1,5 %, вводимых природно-легированым чугуном, легированным стальным ломом или магниеводержащей литьяной.

(Поправка).

Механические свойства чугуна

Таблица 3

| Марка чугуна | Временное сопротивление, МПа, не менее | | Твердость НВ | Марка чугуна | Временное сопротивление, МПа, не менее | | Твердость НВ |
|--------------|--|-----------------------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|--------------|
| | растяже- ние при σ_b | изгибу при σ_{b3} | | | растяже- ние при σ_b | изгибу при σ_{b3} | |
| ЧХ1 | 170 | 350 | — | ЧЮХШ | 390 | 590 | — |
| ЧХ2 | 150 | 310 | — | ЧЮ6С5 | 120 | 240 | 235—300 |
| ЧХ3 | 150 | 310 | — | ЧЮ7Х2 | 120 | 170 | 240—286 |
| ЧХ3Т | 200 | 400 | — | ЧЮ22Ш | 290 | 390 | 241—364 |
| ЧХ9Н5 | 350 | 700 | — | ЧЮ30 | 200 | 350 | 364—550 |
| ЧХ16 | 350 | 700 | — | ЧГ6С3Ш | 490 | 680 | 219—259 |
| ЧХ16М2 | 170 | 490 | — | ЧГ7Х4 | 150 | 330 | 390—450 |
| ЧХ22 | 290 | 540 | — | ЧГ8Д3 | 150 | 330 | 176—285 |
| ЧХ22С | 290 | 540 | — | ЧНХТ | 280 | 430 | 201—286 |
| ЧХ28 | 370 | 560 | — | ЧНХМД | 290 | 690 | 201—286 |
| ЧХ28П | 200 | 400 | — | ЧНХМДШ | 600 | — | 270—320 |
| ЧХ28Д2 | 390 | 690 | — | ЧНМШ | 490 | — | 183—286 |
| ЧХ32 | 290 | 490 | — | ЧН2Х | 290 | 490 | 215—280 |
| ЧС5 | 150 | 290 | — | ЧН3ХМДШ | 550 | — | 350—550 |
| ЧС5Ш | 290 | — | — | ЧН4Х2 | 200 | 400 | 400—650 |
| ЧС13 | 100 | 210 | — | ЧН11Г7Ш | 390 | — | 120—255 |
| ЧС15 | 60 | 170 | — | ЧН15Д7 | 150 | 350 | 120—297 |
| ЧС17 | 40 | 140 | — | ЧН15Д3Ш | 340 | — | 120—255 |
| ЧС15М4 | 60 | 140 | — | ЧН19Х3Ш | 340 | — | 120—255 |
| ЧС17М3 | 60 | 100 | — | ЧН20Д2Ш | 500 | — | 120—220 |

П р и м е ч а н и е. Прочность и твердость высокомаркистых, марганцевых и никелевых чугунов после нормализации и низкотемпературного отпуска.

Разд. 2, 3. (Исключены, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. (Исключен, Изм. № 1).

4.2. Пробы для определения химического состава чугуна отбирают по ГОСТ 7565.

При выплавке чугуна в вагранке пробы для определения химического состава отбирают в середине плавки в условиях установившегося непрерывного процесса. Пробы маркируют номером плавки. Химический состав определяется на одной пробе.

Допускается проводить определение химического состава на отливке или заготовке для механических испытаний.


4.3. Химический анализ чугуна проводят по ГОСТ 28473, ГОСТ 2604.1 — ГОСТ 2604.11, ГОСТ 2604.13. Для однотипных отливок чугуна одной марки допускается применение физических методов определения состава.

4.4. Испытание на растяжение графитосодержащих чугунов проводят на одном из образцов по ГОСТ 27208.


Испытание на растяжение чугуна с шаровидным графитом проводят на одном цилиндрическом образце диаметром 10 мм с расчетной длиной 50 мм по ГОСТ 1497.

Образцы для определения прочности при растяжении вырезают из отдельно отлитых брусков, форма и размеры которых приведены на черт. I и 2, а также из специальных приливов к отливке или непосредственно из отливок. Размеры и расположение приливов в форме по отношению к отливке, а также место вырезки образцов устанавливают в НТД на конкретные отливки.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем для однотипных отливок из чугуна одной марки контролировать прочность неразрушающими методами.

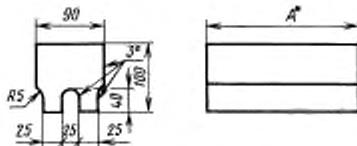

Черт. 1

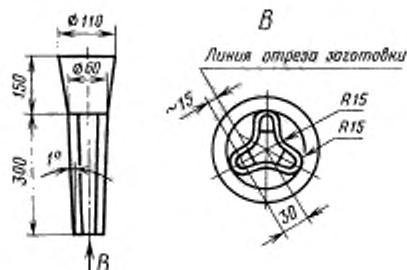

Черт. 2

* Выбирается кратным длине и количеству образцов.

4.5. Испытание на изгиб проводят на отдельно отлитых образцах диаметром 30 мм и длиной 300 мм по ГОСТ 27208.

4.6. При изготовлении цилиндрических полых отливок допускается проводить испытание модуля кольцевой прочности на одном образце по ГОСТ 9583 или ГОСТ 621. Размеры образцов для определения модуля кольцевой прочности устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.

4.7. Определение твердости по Бринеллю проводят по ГОСТ 27208 и ГОСТ 9012 на отливках или образцах для механических испытаний. Твердость износостойких отливок необходимо определять по Роквеллу, Виккерсу, а также по Бринеллю — шариком из карбида вольфрама.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается определять твердость однотипных отливок одной марки чугуна физическими методами.

4.8. (Исключен, Изм. № 1).

4.9. Отбор и подготовку проб, оценку формы графитовых включений в отливках из чугуна с шаровидным графитом проводят при увеличении 100 по ГОСТ 3443.

4.10. Ростоустойчивость чугуна определяют на трех образцах длиной 100—150 мм и диаметром 20—25 мм по изменению длины (в процентах) за 150 ч испытания при заданной температуре.

4.10.1. Определение окалинообразования проводят по ГОСТ 6130.

В графитосодержащих марках чугуна необходимо учитывать уменьшение массы из-за обезуглероживания. Допускается увеличение высоты цилиндрических образцов К10 и К15 до 50 мм.

Разд. 5. (Исключен, Изм. № 1).

Основные эксплуатационные свойства и область применения легированных чугунов

| Марка чугуна | Эксплуатационные свойства чугунов | Применение |
|--------------|--|--|
| ЧХ1 | Повышенная коррозионная стойкость в газовой, воздушной, щелочной средах в условиях трения и износа. Жаростойкий в воздушной среде до 773 К | Холодильные плиты доменных печей, колосники агломерационных машин, детали коксохимического оборудования, сероуглеродные реторты, детали газотурбинных двигателей и компрессоров, горелки, кокили, стеклоформы, выхлопные коллекторы дизелей |
| ЧХ2 | Повышенная коррозионная стойкость в газовой, воздушной, щелочной средах в условиях трения и износа. Жаростойкий в воздушной среде до 873 К | Колосники и балки горна агломерационных машин, детали контактных аппаратов химического оборудования, решетки трубчатых печей нефтеперерабатывающих заводов, детали турбокомпрессоров, детали стекломашин. Детали термических печей, электролизеров, колосники, детали стекломашин, облицовочные плиты туннельных вагонов |
| ЧХ3 | Повышенная коррозионная стойкость в газовой, воздушной, щелочной средах в условиях трения и износа. Жаростойкий в воздушной среде до 973 К | Износостойкие детали гидромашин, перекачивающие абразивные смеси, футеровки пылепроводов и др. |
| ЧХ3Т | Повышенная стойкость против абразивного износа и истирания в пульпо- и пылепроводах, насосах | Износостойкие детали гидромашин, перекачивающие абразивные смеси футеровки пылепроводов и др. мелющие детали угле- и рудоразмольных мельниц, ковши пескометов, склизы, течки и т. д. |
| ЧХ9Н5 | Высокая стойкость против абразивного износа и истирания в мельницах, пескометах и дробеметах | Износостойкие детали гидромашин, перекачивающие абразивные смеси футеровки пылепроводов и др. мелющие детали угле- и рудоразмольных мельниц, ковши пескометов, склизы, течки, высокоустойчивые лопатки дробеметных импеллеров |
| ЧХ16М2 | Наибольшая устойчивость против ударно-абразивного износа и истирания в мельницах, дробеметных и дробеструйных камерах | Арматура химического машиностроения, печная арматура, детали цементных печей |
| ЧХ16 | Жаростойкий в воздушной среде до 1173 К, износостойкий при нормальной и повышенной температурах, устойчивый против воздействия неорганических кислот большой концентрации | Износостойкие детали гидромашин, перекачивающие абразивные смеси, футеровки пылепроводов и др., мелющие детали угле- и рудоразмольных мельниц, ковши пескометов, склизы, течки, высокоустойчивые лопатки дробеметных импеллеров, вставки для армирования брусьев вторичной зоны охлаждения установок непрерывной разливки стали, футеровки мельниц и т. д. |
| ЧХ22, ЧХ28Д2 | Высокоустойчивый против абразивного износа и истирания в условиях размольного оборудования, грохотов и склизов, агломерации и песко- и дробеструйных камерах при повышенных температурах | Детали, не подвергающиеся действию постоянных и переменных нагрузок. Детали аппаратуры для концентрированной азотной и фосфорной кислот, печная арматура и т. д. |
| ЧХ22С | Повышенная коррозионная стойкость в запыленных газовых средах при температуре до 1273 К, высокая кислотостойкость и сопротивление межкристаллитной коррозии | Детали, работающие при небольших механических нагрузках в среде SO_2 и SO_3 , в щелочах высокой концентрации, азотной кислоте, растворах и расплавах солей при температуре до 1273 К. Детали центробежных насосов, печная арматура, реторты для цементации, сопла горелок, цилиндры, корпуса золотников, гребки печей обжига колчедана и т. д. |
| ЧХ28, ЧХ32 | Высокая коррозионная стойкость в растворах кислот (азотной, серной, фосфорной, соляной, уксусной, молочной и т. д.), щелочей в солей (азотокислом аммонии, сульфате аммония, хлорной извести, хлорном железе, селитре), в газах, содержащих серу или SO_2 , H_2O . Жаростойкость до тем- | |

Продолжение

| Марка чугуна | Эксплуатационное свойство чугунов | Применение |
|------------------|--|---|
| | ператур 1373—1423 К. Высокое сопротивление абразивному износу | Сопла для пескоструйных аппаратов и другие детали, подверженные абразивному истиранию. Детали пищевой аппаратуры, проводковая арматура мелкосортных станов |
| ЧХ28П | Высокая стойкость после окислительно-го отжига в цинковых расплавах при температуре до 823 К | Сопряженные детали пар трения, работающие в цинковом расплаве агрегатов горячего непрерывного цинкования |
| ЧС5 | Жаростойкие в топочных газах и воздушной среде до 973 К | Колосники, бронеплиты для печей обжига цементной промышленности, сероуглеродные роторты |
| ЧС5Ш | Жаростойкие в топочных газах и воздушной среде до 1073 К | Топочная арматура котлов, дистанционирующие детали пароперегревателей котлов, газовые сопла, подовые плиты термических печей |
| ЧС13 | Высокая коррозионная стойкость при температуре до 473 К, к воздействию концентрированных и разбавленных кислот, растворов щелочей, солей, кроме фтористоводородных и фтористых соединений. Не допускают резко переменных, а также ударных нагрузок и перепада температур | Простые конфигурации, детали центробежных и поршневых насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, трубы и фасонные детали для трубопроводной арматуры, теплообменников и другие детали химической аппаратуры |
| ЧС15 | | |
| ЧС17 | | |
| ЧС15М4 | Особо высокая коррозионная стойкость в серной, азотной, соляной кислотах разной концентрации и температуры, водных растворах щелочей и солей при местном перепаде температур до 30 К в теле детали при отсутствии динамических, а также переменных и пульсирующих нагрузок | Простые конфигурации, детали центробежных и поршневых насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, трубы и фасонные детали для трубопроводной арматуры, теплообменников и другие детали химической аппаратуры |
| ЧС17М3 | Жаростойкий в воздушной среде до 923 К, стойкий против истирания | Пресс-формы для стекольных изделий, детали печного оборудования, ролики чистовых клетей листопрокатных станов |
| ЧЮХШ | Жаростойкий в воздушной среде до 1023 К, стойкий против истирания | Детали печной арматуры |
| ЧЮ7Х2 | Жаростойкий в воздушной среде до 1073 К, стойкий против истирания | Отливки, работающие при температурах до 1073 К |
| ЧЮ6С5 | Жаростойкий в воздушной среде до 1073 К, коррозионно-стойкий в среде, содержащей соединения серы, стойкий к резким сменам температуры | |
| ЧЮ22Ш | Жаростойкий в среде, содержащей серу, сернистый газ и окислы ванадия и пары воды. В воздушной среде жаростойкий до 1373 К. Высокая прочность при нормальной и повышенной температурах | Детали арматуры котлов, дистанционирующие детали пароперегревателей котлов, детали обжиговых колчеданных печей, нагревательных кольцевых печей, колосники агломерационных машин |
| ЧЮ30 | Жаростойкий в воздушной среде до 1373 К. Стойкий против износа | Детали печей обжига колчедана |
| ЧГ6С3Ш, ЧГ7Х4 | Износостойкий в абразивной среде и против истирания в пыле- и пульнопроводах, мельницах и т. д. | Износостойкие детали мельющего оборудования, детали насосов, футеровки мельниц, дробе- и пескоструйных камер |
| ЧГ8Д3 | Немагнитный, износостойкий чугун для эксплуатации в условиях повышенных температур | Немагнитные детали, сопряженные трущиеся детали арматуры |
| ЧНХТ | Высокие механические свойства, сопротивление износу и коррозии в слабощелочных и газовых средах (продукты горения топлива, технический кислород) и водных растворах | Маслоты поршневых компрессионных и маслосъемных колец, седла и направляющие втулки клапанов дизелей и газомоторокомпрессоров. Детали стягивающих прессов и размольных мельниц бумагоделательных машин |
| ЧНХМД | Высокие механические свойства, сопротивление износу и коррозии в слабощелочных и газовых средах (продукты горения | Блоки и головки цилиндров, выхлопные патрубки двигателей внутреннего горения, паровых машин и турбин. Поршни и гильзы цилинд- |

| Марка чугуна | Эксплуатационное свойство чугунов | Применение |
|--------------------|---|--|
| | топлива технический кислород) и водных растворах | ров паровых машин, тепловозных и судостроительных дизелей, детали кислородных и газовых мотокомпрессоров, детали бумагоделательных машин |
| ЧН2Х | Высокие механические свойства, сопротивление износу и коррозии в слабощелочных и газовых средах (продукты сгорания топлива, технический кислород), водных растворах и расплавах каустика | Различные типы зубчатых колес, цилиндры двигателей, абразивные диски, дроссели, холодильные цилиндры и валы бумагоделательных, картоноделательных и сушильных машин, матрицы штамповочных прессов |
| ЧНМШ | Повышенные механические свойства и термостойкость при температуре эксплуатации до 773 К | Крышки и днища цилиндров дизелей, головки поршней, масллоты поршневых колец, холодильные цилиндры и валы бумагоделательных, картоноделательных и сушильных машин |
| ЧН4Х2 | Высокая стойкость против абразивного износа и истирания | Износостойкие детали машин, перекачивающие абразивные смеси, футеровки мельниц, пылепроводов, размалывающие валки и шары, сопла, склизы, грохота |
| ЧН15Д3Ш, ЧН15Д7 | Высокая коррозионная и эрозионная стойкость в щелочах, слабых растворах, кислот, серной кислоте любой концентрации при температуре более 323 К, в морской воде, в среде перегретого водяного пара. Чугун имеет высокий коэффициент термического расширения, может быть парамагнитным при низком содержании хрома | Насосы, вентили и другие детали нефтедобывающей, химической и нефтеперерабатывающей промышленности и арматуростроения. |
| ЧН19Х3Ш ЧН11Г7Ш | Жаропрочность при температуре до 873 К, высокая коррозионная и эрозионная стойкость в щелочах, слабых растворах, серной кислоте любой концентрации при температуре более 323 К в морской воде, в среде перегретого водяного пара. Имеет высокий коэффициент термического расширения, может быть парамагнитным при низком содержании хрома | Немагнитные литье детали электротехнической промышленности. Вставки гильз цилиндров, головки поршней, седла и направляющие втулки клапанов и выхлопные коллекторы двигателей внутреннего сгорания |
| ЧН20Д2Ш | Высокие механические свойства при температуре до 173 К. Чугун имеет высокую ударную вязкость не менее 3,0 даДж/см ² на образцах с острым надрезом (Шарпи) и может быть пластически деформирован в холодном состоянии | Выпускные коллекторы, клапанные направляющие, корпусы турбонагнетателей в газовых турбинах, головки поршней, корпусы насосов, вентили и немагнитные детали |
| ЧНХМДШ | Высокие механические свойства, сопротивление износу и коррозии в слабощелочных и газовых средах (продукты сгорания топлива, технический кислород) и водных растворах | Насосы и другие детали нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, детали топливной арматуры |
| ЧН3ХМДШ | Высокие механические свойства, сопротивление износу и коррозии в слабощелочных и газовых средах (продукты сгорания топлива, технический кислород), водных растворах и расплавах каустика | Блоки и головки цилиндров, выхлопные патрубки двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и турбин. Поршни и гильзы цилиндров паровых машин, тепловозных и судостроительных дизелей, детали кислородных и газовых мотокомпрессоров, детали бумагоделательных машин. |
| L—NiMn 13 7 | Не обладает магнитными свойствами | Различные типы зубчатых колес, цилиндры двигателей, абразивные диски, дроссели, холодильные цилиндры и валы бумагоделательных, картоноделательных и сушильных машин, матрицы штамповочных прессов. |
| | | Крышки, создающие давление в турбогенераторных установках, кожухи распределительных устройств, фланцы изолиторов, зажимы и трубы |

Продолжение

| Марка чугуна | Эксплуатационное свойство чугунов | Применение |
|-----------------|--|--|
| L-NiCuCr15 6 2 | Обладает хорошим сопротивлением коррозии, в особенности в щелочных средах, в разбавленных растворах кислот, в морской воде и в солевых растворах. Обладает хорошей теплостойкостью, хорошими несущими свойствами, высоким тепловым расширением, не обладает магнитными свойствами при низких содержаниях хрома | Насосы, клапаны, составляющие печи, втулки для кольцевых держателей поршня и металлических поршнях, изготовленных из легких сплавов. |
| L-NiCuCr15 6 3 | Обладает лучшим сопротивлением коррозии и эрозии, чем марка L-NiCuCr L563 | То же |
| L-NiCr 20 2 | Обладает свойствами, аналогичными марке L-NiCuCr 15 6 2, но с более высоким сопротивлением коррозии в щелочных средах. Высокий коэффициент термического расширения | Для тех же изделий, что и марка L-NiCuCr 15 6 2, но предпочтительно для насосов, перекачивающих щелочь, для сосудов, в которых хранятся едкие щелочи; применяется в мыловарении, пищевой промышленности, а также в отраслях промышленности по производству искусственного шелка и пластмассах. Пригоден в тех случаях, когда требуются материалы, не содержащие медь |
| L-NiCr 20 3 | Обладает теми же свойствами, что и марка L-NiCr 20 2, но обладает повышенным сопротивлением эрозии, повышенной теплостойкостью и повышенной степенью расширения | В тех же изделиях, что и марка L-NiCr 20 2, но предпочтительно для применения в условиях высоких температур |
| L-NiSiCr 20 5 3 | Обладает хорошим сопротивлением коррозии, даже в условиях разбавленной серной кислоты. Более теплостойкий, чем марка L-NiCr 20 2 и марка L-NiCr 20 3 | Составные части насосов, отливки клапанов, применяемых в промышленных печах |
| L-NiCr 30 3 | Обладает стойкостью к нагреванию и термическому удару до температуры 800°C. Хорошее сопротивление коррозии при высоких температурах, высокое сопротивление эрозии в условиях мокрого пара и соляного суспензии; средняя степень термического расширения | Насосы, сосуды под давлением, клапаны, детали фильтрующих устройств, выхлопных трубопроводов и для корпусов турбозагрузочных устройств |
| L-NiSiCr 30 5 5 | Обладает хорошим сопротивлением коррозии, эрозии и теплостойкостью; средняя степень теплового расширения | Применяется для составных частей насосов, для клапанов, применяемых для промышленных печей |
| L-Ni 35 | Обладает стойкостью тепловому напряжению; низкая степень термического расширения | Детали, обладающие способностью сохранять размеры (например, в станках), для научных приборов, для стеклянных форм |
| S-Ni Mn 13 7 | Не обладает магнитными свойствами | Крышки, создающие давление, в турбогенераторных установках, кожухи распределительных устройств, фланцы изолаторов, зажимы и трубы. |
| S-NiCr 20 2 | По своему составу, по сопротивлению коррозии и теплостойкости аналогичен марке L-NiCr 20 2 | Насосы, клапаны, компрессоры, втулки, корпусы турбонагнетателей, для выхлопных трубопроводов |
| S-NiCr 20 3 | По свойствам аналогичен марке S-NiCr 20 2, но более теплостойкий и обладает лучшим сопротивлением эрозии | То же |
| S-NiSiCr 20 5 2 | Обладает хорошим сопротивлением коррозии даже в разбавленной серной кислоте. Хорошая теплостойкость. | Составные части для клапанов, насосы, для отливок, применяемых в промышленных печах, которые подвергаются высокому механическому напряжению |

С. 11 ГОСТ 7769—82

Окончание

| Марка чугуна | Эксплуатационное свойство чугунов | Применение |
|-----------------|--|--|
| S—Ni 22 | Высокий коэффициент теплового расширения; более низкое сопротивление коррозии и более низкая теплостойкость, чем у марки L—NiCr 20 2. Хорошие характеристики динамического воздействия вплоть до минус 100°C. Магнитными свойствами не обладает | Насосы, клапаны, компрессоры, втулки, корпусы турбонагнетателей, для выхлопных трубопроводов |
| S—NiMn 23 4 | Очень высокий коэффициент теплового расширения. Хорошие характеристики динамического воздействия вплоть до минус 196°C. Магнитными свойствами не обладает | Отливки в холодильной технике для использования до температуры минус 196°C. |
| S—NiCr 30 1 | Обладает свойствами, аналогичными свойствам марки S—NiCr 30 3, хорошие опорные характеристики | Насосы, котлы, клапаны для деталей фильтрующих устройств, для выхлопных трубопроводов, для корпусов турбонагнетателей |
| S—NiCr 30 3 | Обладает свойствами, аналогичными свойствам марки L—NiCr 30 3. Обладает повышенным сопротивлением ползучести, при добавлении 1 % по массе молибдена | Насосы, котлы, клапаны, детали фильтрующих устройств, выхлопных трубопроводов, корпусы турбонагнетателей |
| S—NiSiCr 30 5 5 | Обладает свойствами, аналогичными свойствам марки L—NiSiCr 30 5 5. Обладает повышенным сопротивлением ползучести, при добавлении 1 % по массе молибдена | Составные части насосов, клапанов, отливки, применяемые в промышленных печах, подвергаемых высокому механическому напряжению |
| S—Ni 35 | Подобно марке L—Ni 35, имеет небольшой коэффициент теплового расширения, но более стойкий к тепловому удару | Детали, обладающие способностью сохранить размеры (например, в станках), для научных приборов, для стеклянных форм |
| S—NiCr 35 3 | Обладает свойствами, аналогичными свойствам марки S—Ni 35, повышенным сопротивлением ползучести при добавлении 1% по массе молибдена | Составные части корпусов газовых турбин, для стеклянных форм |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Виды термической обработки отливок из легированных чугунов

| Термообработка и ее назначение | Режим* | | | Вид чугуна |
|---|---|-------------|--|---|
| | Температура, К | Выдержка, ч | Охлаждение | |
| Высокотемпературный графитизирующий отжиг для уменьшения твердости и содержания структурно свободного цементита | 1173—1223 | 6—12 | С печью | Низколегированные чугуны всех видов, за исключением износостойких |
| | 1133—1153 | 1—2 | С печью | Высоколегированные кремнистые |
| Гомогенизирующая выдержка с нормализацией для снижения магнитной проницаемости, твердости, а также повышения пластичности и прочности | 1253—1313 | 4—6 | На воздухе (в масле или жидком стекле) | Высоколегированные чугуны марганцовистые и никелевые, исключая марки ЧН4Х2 и ЧГ7Х4 |
| Нормализация для повышения твердости отливок | 1323—1373 | 1—2 | На воздухе | Высокохромистые износостойкие |
| | 1133—1153 | 1—2 | На воздухе | Низколегированные хромистые, алюминиевые и никелевые чугуны, а также износостойкие ЧГ7Х4, ЧН4Х2 |
| Отпуск после отливки или нормализации для снятия внутренних напряжений | 473—523 | 2—3 | С печью | Для всех видов чугуна, кроме высокохромистых и высокоалюминиевых |
| | 793—833 | 3—4 | С печью | Для высоколегированного хромистого и алюминиевого чугуна |
| Отжиг и высокий отпуск для снижения твердости и улучшения обрабатываемости | 963—1023 | 6—12 | С печью | Высоколегированные чугуны |
| | 933—963 | 6—12 | С печью | Низколегированные чугуны |
| Отпуск для уменьшения ползучести жаропрочных отливок (повышается магнитная проницаемость из-за выпадения мелкодисперсного цементита) | 723—923 (на 30—50° выше температуры эксплуатации) | 4—6 | С печью | Высоконикелевые чугуны с шаровидным графитом |

* Время нагрева выбирается в зависимости от размера и массы деталей.

Таблица 1

Показатели прочности при растяжении жаростойких чугунов
при повышенных температурах (кратковременные испытания)

| Марка чугуна | Предел прочности при растяжении, МПа, при температуре, К | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|------|------|
| | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 |
| ЧХ1 | 196 | 147 | 68 | 29 | — |
| ЧХ2 | 196 | 147 | 78 | 29 | — |
| ЧХ3 | 167 | 147 | 88 | 29 | — |
| ЧХ16 | 440 | 294 | 137 | 88 | — |
| ЧХ32 | 392 | 294 | 196 | 98 | 68 |
| ЧС5 | 118 | 98 | 49 | 19 | — |
| ЧС5Ш | 440 | 382 | 118 | 39 | — |
| ЧЮХШ | 343 | 235 | 130 | 78 | — |
| ЧЮ7Х2 | 294 | 226 | 157 | 29 | — |
| ЧЮ6С5 | 118 | 98 | 49 | 19 | — |
| ЧЮ22Ш | 245 | 275 | 168 | 137 | 78 |

Таблица 2

Механические свойства (кратковременные испытания) и модуль нормальной упругости чугунов
с шаровидным графитом при 873 К

| Марка чугуна | Предел прочнос- ти при растяже- нии, МПа | Предел текучес- ти при растяже- нии, МПа | Относитель- ное удлинение, % | Ударная вяз- кость, дадж/см ² | Модуль нормальной упругости, МПа |
|-----------------|--|--|------------------------------------|---|---|
| | не менее | | | | |
| ЧН19Х3Ш | 250 | 180 | 2,0 | 2,0 | $11 \cdot 10^4$ |
| ЧН11Г7Ш | 300 | 180 | 10 | 2,0 | $12 \cdot 10^4$ |
| ЧЮ22Ш | 350 | — | 0,5 | 0,5 | $13 \cdot 10^4$ |

Таблица 3

Длительная прочность и скорость ползучести чугунов с шаровидным графитом при высокой температуре

| Марка чугуна | Длительная прочность при 873 К | | Скорость ползучести, %/ч, при напряжении 40 МПа |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|---|
| | Напряжение, МПа | Время до разрушения, ч | |
| ЧН19Х3Ш | 120 | 1000 | $1,0 \cdot 10^{-4}$ (873 К) $2,0 \cdot 10^{-4}$ (973 К)* |
| ЧН11Г7Ш | 120 | 1000 | $1,8 \cdot 10^{-4}$ (873 К) |
| ЧЮ22Ш | 100 | 1000 | $4,0 \cdot 10^{-4}$ (973 К)* |

* Скорость ползучести при температуре 973 К и напряжении 30 МПа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОбязательноеТаблица 1
Химический состав высоконикелевого чугуна с пластинчатым и шаровидным графитом

| Обозначение марки | Химический состав, % | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | С, не более | Si | Mn | Ni | Ст | Cu |
| | | | | | | не более |
| L-NiMn 13 7 | 3,0 | От 1,5 до 3,0 | От 6,0 до 7,0 | От 12,0 до 14,0 | Не более 0,2 | 0,5 |
| L-NiCuCr 15 6 2 | 3,0 | » 1,0 » 2,8 | » 0,5 » 1,5 | » 13,5 » 17,5 | От 1,0 до 2,5 | От 5,5 до 7,5 |
| L-NiCuCr 15 6 3 | 3,0 | » 1,0 » 2,8 | » 0,5 » 1,5 | » 13,5 » 17,5 | » 2,5 » 3,5 | » 5,5 » 7,5 |
| L-NiCr 20 2 | 3,0 | » 1,0 » 2,8 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | » 1,0 » 2,5 | 0,5 |
| L-NiCr 20 3 | 3,0 | » 1,0 » 2,8 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | » 2,5 » 3,5 | 0,5 |
| L-NiSiCr 20 5 3 | 2,5 | » 4,5 » 5,5 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | » 1,5 » 4,5 | 0,5 |
| L-NiSr 30 3 | 2,5 | » 1,0 » 2,0 | » 0,5 » 1,5 | » 28,0 » 32,0 | » 2,5 » 3,5 | 0,5 |
| L-NiSiCr 30 5 5 | 2,5 | » 5,0 » 6,0 | » 0,5 » 1,5 | » 29,0 » 32,0 | » 4,5 » 5,5 | 0,5 |
| L-Ni 35 | 2,4 | » 1,0 » 2,0 | » 0,5 » 1,5 | » 34,0 » 36,0 | Не более 0,2 | 0,5 |
| S-NiMn 13 7 | 3,0 | » 2,0 » 3,0 | » 6,0 » 7,0 | » 12,0 » 14,0 | Не более 0,2 | 0,5 |
| S-NiCr 20 2 | 3,0 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | От 1,0 до 2,5 | 0,080 |
| S-NiCr 20 3 | 3,0 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | » 2,5 » 3,5 | 0,080 |
| S-NiSiCr 20 5 2 | 3,0 | » 4,5 » 5,5 | » 0,5 » 1,5 | » 18,0 » 22,0 | » 1,0 » 2,5 | 0,080 |
| S-Ni 22 | 3,0 | » 1,0 » 3,0 | » 1,5 » 2,5 | » 21,0 » 24,0 | Не более 0,5 | 0,080 |
| S-NiMn 23 4 | 2,6 | » 1,5 » 2,5 | » 4,0 » 4,5 | » 22,0 » 24,0 | Не более 0,2 | 0,080 |
| S-NiCr 30 1 | 2,6 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 28,0 » 32,0 | От 1,0 до 1,5 | 0,080 |
| S-NiCr 30 3 | 2,6 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 28,0 » 32,0 | » 2,5 » 3,5 | 0,080 |
| S-NiSiCr 30 5 5 | 2,6 | » 5,0 » 6,0 | » 0,5 » 1,5 | » 28,0 » 32,0 | » 4,5 » 5,5 | 0,080 |
| S-Ni 35 | 2,4 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 34,0 » 36,0 | Не более 0,2 | 0,080 |
| S-NiCr 35 3 | 2,4 | » 1,5 » 3,0 | » 0,5 » 1,5 | » 34,0 » 36,0 | От 2,0 до 3,0 | 0,080 |

П р и м е ч а н и е. В марках S-NiCr 30 3, S-NiSiCr 30 5 5, S-Ni 35 допускается 0,8–1,1 % Mo для скорости ползучести менее $0,5 \cdot 10^{-4} \text{ %/ч}$ при 600°C и 40 МПа или $1,0 \cdot 10^{-4} \text{ %/ч}$ при 700°C и 30 МПа.

Таблица 2
Механические свойства высоконикелевых чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом

| Марка | Механическое свойство | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| | Временное сопротивление при растяжении σ_u , МПа | Предел текучести σ_t , МПа | Относительное удлинение δ_4 , % | Модуль упругости E , ГПа | Твердость по Бринеллю HB |
| L-NiMn 13 7 | 140–220 | — | — | 70–90 | 120–150 |
| L-NiCuCr 15 6 2 | 170–210 | — | 2 | 85–105 | 140–200 |
| L-NiCuCr 15 6 3 | 190–240 | — | 1–2 | 98–113 | 150–250 |
| L-NiCr 20 2 | 170–210 | — | 2–3 | 85–105 | 120–215 |
| L-NiCr 20 3 | 190–240 | — | 1–2 | 98–113 | 160–250 |
| L-NiSiCr 20 5 3 | 190–280 | — | 2–3 | 110 | 140–250 |
| L-NiSr 30 3 | 190–240 | — | 1–3 | 98–113 | 120–215 |
| L-NiSiCr 30 5 5 | 170–240 | — | — | 105 | 150–210 |
| L-Ni 35 | 120–180 | — | 1–3 | 74 | 120–140 |
| S-NiMn 13 7 | 390–460 | 210–260 | 15–25 | 140–150 | 130–170 |
| S-NiCr 20 2 | 370–470 | 210–250 | 7–20 | 112–130 | 140–200 |
| S-NiCr 20 3 | 390–490 | 210–260 | 7–15 | 112–133 | 150–225 |
| S-NiSiCr 20 5 2 | 370–430 | 210–260 | 10–18 | 112–133 | 180–230 |
| S-Ni 22 | 370–440 | 170–250 | 20–40 | 85–112 | 130–170 |
| S-NiMn 23 4 | 440–470 | 210–240 | 25–45 | 120–140 | 150–180 |
| S-NiCr 30 1 | 370–440 | 210–270 | 13–18 | 112–130 | 130–190 |
| S-NiCr 30 3 | 370–470 | 210–260 | 7–18 | 92–105 | 140–200 |
| S-NiSiCr 30 5 5 | 390–490 | 240–310 | 1–4 | 91 | 170–250 |
| S-Ni 35 | 370–410 | 210–240 | 20–40 | 112–140 | 130–180 |
| S-NiCr 35 3 | 370–440 | 210–290 | 7–10 | 112–123 | 140–190 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством энергетического машиностроения
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.02.82 № 706
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5505—86 и международному стандарту ИСО 2892—73
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7769—75, ГОСТ 11849—76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение ИТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта | Обозначение ИТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| ГОСТ 621—87 | 4.6 | ГОСТ 2604.10—77 | 4.3 |
| ГОСТ 1497—84 | 4.4 | ГОСТ 2604.11—85 | 4.3 |
| ГОСТ 2604.1—77 | 4.3 | ГОСТ 2604.13—82 | 4.3 |
| ГОСТ 2604.2—86 | 4.3 | ГОСТ 3443—87 | 4.9 |
| ГОСТ 2604.3—83 | 4.3 | ГОСТ 6130—71 | 4.10.1 |
| ГОСТ 2604.4—87 | 4.3 | | 4.6 |
| ГОСТ 2604.5—84 | 4.3 | ГОСТ 7565—81 | 4.2 |
| ГОСТ 2604.6—77 | 4.3 | ГОСТ 9012—59 | 4.7 |
| ГОСТ 2604.7—84 | 4.3 | ГОСТ 9583—75 | 4.6 |
| ГОСТ 2604.8—77 | 4.3 | ГОСТ 27208—87 | 4.4, 4.5, 4.7 |
| ГОСТ 2604.9—83 | 4.3 | ГОСТ 28473—90 | 4.3 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
7. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1987 г. (ИУС 7—87), Поправкой (ИУС 6—91)

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ СССР

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В83

к ГОСТ 7769-82 Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Общие технические условия (см. изменение № 1, ИУС № 7-87)

| В каком месте | Изискано | Должно быть | | | |
|---|-----------|-------------|------|-----------|---------|
| Раздел 2. Пункт 2.2. Таблица 2. Головка | марганица | фосфора | серы | марганица | фосфора |
| | | не более | | не более | серы |

(ИД С № 6 1991 г.)