

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

**ШПИЛЬКИ УПОРНЫЕ на P_y
свыше 10 до 100 МПа (свыше 100
до 1000 кгс/см²)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШПИЛЬКИ УПОРНЫЕ на P_y выше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см²)ГОСТ
11447-80

Технические условия

Locking studs for P_y 10—100 MPa (100—1000 kgf/cm²).

Technical requirements

ОКП 36 8380

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на упорные шпильки, применяемые для фланцевых соединений арматуры, соединительных частей трубопроводов, используемых в химической и нефтехимической промышленностих на P_y выше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см²), при температуре от минус 50 до плюс 510 °С.

Требования разд. 2, 3, 4; пп. 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Шпильки должны изготавливаться двух типов:

А — с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части;

Б — с номинальными диаметрами резьбы большие номинального диаметра гладкой части.

Для использования при температуре выше 200 °С должны изготавливать шпильки только типа Б.

1.2. Конструкция и размеры шпилек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

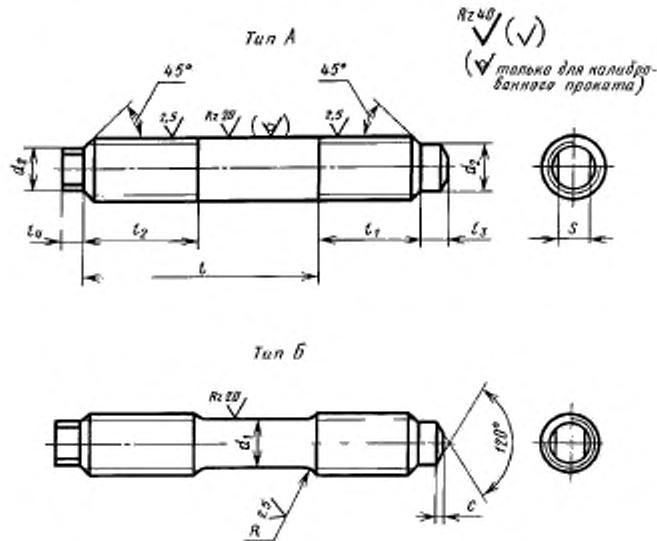


Таблица 1

| Номинальный диаметр резьбы d | Диаметр гладкой части d_1 h12 | Диаметр хвостовика d_2 | ММ | | | | | | | | Радиус проточки R | Фаска C | Предел длины шпилек (безвинчаемого конца) I | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------|------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---|---------|
| | | | Длина винчаемого резьбового конца l_1 | | Длина резьбового конца l_2 | | Длина хвостовика l_3 | | Длина хвостовика l_4 | Размер «под ключ» S | | | | |
| номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | | | | | |
| 12 | 9,5 | 8 | 17 | | | 7 | +0,20 | | | 7 | | 1,0 | 30—80 | |
| 14 | 11,0 | 10 | 20 | +0,52 | 30 | 9 | | | | 8 | -0,20 | 4 | 1,6 35—90 | |
| 16 | 13,0 | 12 | 22 | | | 10 | | | | 10 | | 2,0 | 40—100 | |
| 20 | 16,0 | 15 | 28 | | 36 | 12 | | | | 12 | | | 45—110 | |
| 22 | 18,0 | | 30 | | 40 | 14 | -0,24 | | | 14 | | 3,0 | 50—120 | |
| 24 | 19,0 | 17 | 33 | +0,62 | | 15 | | | | 17 | | | 60—130 | |
| 27 | 22,0 | 20 | 35 | | | 16 | | | | 19 | | 6 | 70—140 | |
| 30 | 24,0 | 22 | 40 | | 55 | 22 | | | | 22 | -0,28 | 4,0 | 80—160 | |
| 33 | 27,0 | 25 | 45 | | | | | | | | | | 90—180 | |
| 36 | 29,0 | 27 | 50 | | 60 | 20 | | | 10 | 24 | | | 100—200 | |
| 39 | 32,0 | 30 | 52 | +0,74 | 65 | 22 | +0,28 | | 12 | 27 | 8 | 6,0 | 120—220 | |
| 42 | 35,0 | 32 | 58 | | 70 | 24 | | | 14 | 30 | | | 130—230 | |
| 45 | 38,0 | 35 | 61 | | 75 | | | | 15 | 32 | -0,34 | 10 | 7,0 | 140—240 |
| 48 | 40,0 | 37 | 64 | | 80 | 26 | | | 18 | 36 | | 12 | 8,0 | 150—250 |
| 52 | 44,0 | 41 | 70 | | 85 | 28 | | | | | | | | 160—260 |

Примеры условных обозначений шпильки типа А, с диаметром резьбы $d = 20$ мм, длиной шпильки $l = 50$ мм, из стали марки 40ХФА, без покрытия:

Шпилька АМ20×50.40ХФА ГОСТ 11447-80

То же, типа Б:

Шпилька БМ20×50.40ХФА ГОСТ 11447-80

То же, типа А, с покрытием 02, толщиной 9 мкм:

Шпилька АМ20×50.40ХФА, 029 ГОСТ 11447-80

То же, типа Б:

Шпилька БМ20×50.40ХФА, 029 ГОСТ 11447-80

1.3. Масса шпилек типа А должна соответствовать указанной в табл. 2, типа Б — в табл. 3.

Таблица 2

| Длина шпильки мм | Номинальный диаметр резьбы <i>d</i> , мм | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |
| Масса, кг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0,040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0,044 | 0,064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 0,049 | 0,070 | 0,097 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 0,053 | 0,076 | 0,105 | 0,174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 0,057 | 0,082 | 0,113 | 0,187 | 0,238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 0,060 | 0,089 | 0,121 | 0,199 | 0,252 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 0,066 | 0,095 | 0,128 | 0,211 | 0,267 | 0,332 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | 0,071 | 0,101 | 0,136 | 0,224 | 0,282 | 0,350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 0,075 | 0,107 | 0,144 | 0,236 | 0,297 | 0,368 | 0,477 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 0,080 | 0,113 | 0,152 | 0,248 | 0,312 | 0,386 | 0,499 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 0,084 | 0,119 | 0,160 | 0,262 | 0,327 | 0,403 | 0,522 | 0,657 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | — | 0,125 | 0,168 | 0,273 | 0,342 | 0,421 | 0,544 | 0,685 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | — | 0,131 | 0,176 | 0,285 | 0,357 | 0,439 | 0,567 | 0,713 | 0,900 | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | — | — | 0,184 | 0,298 | 0,372 | 0,457 | 0,589 | 0,741 | 0,934 | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | — | — | 0,192 | 0,310 | 0,387 | 0,475 | 0,612 | 0,786 | 0,967 | 1,167 | — | — | — | — | — | |
| 105 | — | — | — | 0,322 | 0,402 | 0,492 | 0,634 | 0,796 | 1,001 | 1,207 | — | — | — | — | — | |
| 110 | — | — | — | 0,335 | 0,417 | 0,510 | 0,657 | 0,824 | 1,034 | 1,247 | — | — | — | — | — | |
| 115 | — | — | — | — | 0,431 | 0,528 | 0,679 | 0,852 | 1,068 | 1,287 | — | — | — | — | — | |
| 120 | — | — | — | — | 0,446 | 0,546 | 0,702 | 0,879 | 1,101 | 1,327 | 1,662 | — | — | — | — | |
| 130 | — | — | — | — | — | 0,581 | 0,747 | 0,935 | 1,169 | 1,409 | 1,756 | 2,063 | — | — | — | |
| 140 | — | — | — | — | — | — | 0,792 | 0,990 | 1,236 | 1,487 | 1,850 | 2,172 | 2,574 | — | — | |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | 1,046 | 1,303 | 1,567 | 1,940 | 2,201 | 2,699 | 3,113 | — | |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,101 | 1,370 | 1,647 | 2,037 | 2,389 | 2,824 | 3,255 | 3,921 |
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,437 | 1,727 | 2,131 | 2,498 | 3,397 | 4,088 | — |
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,504 | 1,806 | 2,225 | 2,607 | 3,073 | 3,539 | 4,255 |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,886 | 2,318 | 2,716 | 3,198 | 3,681 | 4,421 | — |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,966 | 2,412 | 2,824 | 3,323 | 3,823 | 4,588 | — |
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,506 | 2,939 | 3,448 | 3,965 | 4,755 | — |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,600 | 3,042 | 3,573 | 4,107 | 4,821 | — |
| 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,151 | 3,697 | 4,250 | 5,088 | — |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,822 | 4,392 | 5,255 | — |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,534 | 5,422 | — |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,588 | — |

Таблица 3

| Длина шпильки мм | Номинальный диаметр резьбы <i>d</i> , мм | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| Масса, кг, не более | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0,037 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | 0,039 | 0,059 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 0,042 | 0,063 | 0,090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 45 | 0,045 | 0,067 | 0,095 | 0,164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 0,048 | 0,071 | 0,100 | 0,173 | 0,224 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | 0,051 | 0,075 | 0,105 | 0,181 | 0,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60 | 0,054 | 0,078 | 0,110 | 0,189 | 0,245 | 0,306 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 0,057 | 0,082 | 0,115 | 0,198 | 0,256 | 0,318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | 0,059 | 0,086 | 0,121 | 0,206 | 0,266 | 0,329 | 0,436 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | 0,062 | 0,090 | 0,126 | 0,214 | 0,277 | 0,341 | 0,452 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 0,065 | 0,094 | 0,131 | 0,222 | 0,287 | 0,353 | 0,468 | 0,597 | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | — | 0,098 | 0,136 | 0,231 | 0,298 | 0,364 | 0,483 | 0,615 | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | — | 0,102 | 0,141 | 0,239 | 0,308 | 0,376 | 0,499 | 0,633 | 0,808 | — | — | — | — | — | — |
| 95 | — | — | 0,146 | 0,247 | 0,319 | 0,388 | 0,514 | 0,651 | 0,830 | — | — | — | — | — | — |

| Длина шпильки l , мм | Номинальный диаметр резьбы d , мм | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
| Масса, кг, не более | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | — | — | 0,151 | 0,256 | 0,330 | 0,400 | 0,520 | 0,668 | 0,852 | 1,055 | — | — | — | — | — |
| 105 | — | — | — | 0,264 | 0,340 | 0,411 | 0,546 | 0,686 | 0,875 | 1,082 | — | — | — | — | — |
| 110 | — | — | — | 0,272 | 0,351 | 0,423 | 0,561 | 0,704 | 0,897 | 1,110 | — | — | — | — | — |
| 115 | — | — | — | — | 0,361 | 0,435 | 0,577 | 0,722 | 0,920 | 1,138 | — | — | — | — | — |
| 120 | — | — | — | — | 0,372 | 0,447 | 0,592 | 0,739 | 0,942 | 1,166 | 1,483 | — | — | — | — |
| 130 | — | — | — | — | — | 0,470 | 0,624 | 0,775 | 0,987 | 1,221 | 1,548 | 1,841 | — | — | — |
| 140 | — | — | — | — | — | — | 0,655 | 0,810 | 1,032 | 1,277 | 1,613 | 1,918 | 2,309 | — | — |
| 150 | — | — | — | — | — | — | — | 0,846 | 1,077 | 1,332 | 1,678 | 1,994 | 2,400 | 2,776 | — |
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | 0,881 | 1,122 | 1,388 | 1,744 | 2,070 | 2,491 | 2,878 | 3,504 |
| 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,167 | 1,443 | 1,809 | 2,147 | 2,582 | 2,979 | 3,624 |
| 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,212 | 1,499 | 1,874 | 2,223 | 2,673 | 3,080 | 3,745 |
| 190 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,554 | 1,939 | 2,300 | 2,763 | 3,181 | 3,865 |
| 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,610 | 2,004 | 2,376 | 2,854 | 3,282 | 3,986 |
| 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,069 | 2,452 | 2,945 | 3,383 | 4,106 |
| 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,134 | 2,529 | 3,036 | 3,484 | 4,227 |
| 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,605 | 3,127 | 3,535 | 4,347 |
| 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,218 | 3,687 | 4,468 |
| 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,788 | 4,588 |
| 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,709 |

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шпильки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Шпильки следует изготавливать из сортового проката или поковок.

2.3. Марки сталей и параметры их применения должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

| Марка стали | Обозначение стандарта | Предельные параметры применения | |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| | | температура, °C | условное давление, МПа (кгс/см ²) |
| 35Х 38ХА 40Х | ГОСТ 4543 | От минус 50 до плюс 200 | =63(630) |
| 35ХМ 30ХМА 40ХФА | | От минус 50 до плюс 400 | =80(800) |
| 25Х1МФ 25Х2М1Ф | ГОСТ 20072 | От минус 50 до плюс 510 | =100(1000) |

При мечание. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем применять стали других марок, разрешенных Гостротехнадзором СССР, если их механические свойства не ниже указанных в табл. 5.

2.4. Заготовки для изготовления шпилек должны быть подвергнуты термической обработке — закалке и отпуску. Режимы термической обработки приведены в приложении.

2.5. Механические свойства заготовок при температуре 20 °C в термически обработанном состоянии должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

| Марка стали | Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²) | Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²) | Относительное удлинение δ_5 , % | Ударная вязкость a_w , Дж/см ² (кгс·м/см ²) | Твердость HB |
|--------------------|---|---|--|--|--------------|
| | | | | | |
| 35Х; 38ХА; 40Х | ≥ 588 (60) | 735 (75) | 14 | 58,8 (6) | 235—277 |
| 35ХМ; 30ХМА; 40ХФА | 637—784 (65—80) | 785 (80) | 13 | | |
| 25Х1МФ | 667—784 (68—80) | | 16 | | 248—293 |
| 25Х2М1Ф | | | 12 | 49,0 (5) | |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Следующими характеристиками являются временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость.

2.7. Резьба — метрическая с крупным шагом по ГОСТ 24705 с полем допуска 6 г по ГОСТ 16093.

2.8. Сбег резьбы — нормальный по ГОСТ 10549, форма впадин резьбы должна быть закругленной по ГОСТ 9150.

2.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.9. При выполнении резьбы накаткой допускается изготавливать резьбу с концевой фаской 30°.

2.10. При выполнении резьбы нарезкой диаметр гладкой части шпилек должен быть для типов: А — по ГОСТ 19258;

Б — в соответствии с табл. 1.

При выполнении резьбы накаткой диаметр гладкой части шпилек — по ГОСТ 19256.

2.11. Резьба должна быть чистой и не должна иметь заусенцев и сорванных ниток. Вмятины на резьбе, препятствующие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.

Нарезанная и гладкая поверхности шпилек не должны иметь трещин.

2.12. Допускаемое смещение оси резьбы относительно оси гладкой части стержня шпильки — по h 12 ГОСТ 25347.

2.13. Неуказанные предельные отклонения размеров валов — по h 14, остальных — по ± $\frac{IT14}{2}$

ГОСТ 25347.

2.12, 2.13. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. Стержень шпильки должен быть прямым. Допускаемая кривизна стержня шпильки на 100 мм длины не должна превышать:

0,2 мм — при диаметре шпильки от 12 до 24 мм;

0,1 мм * * * свыше 24 мм.

2.15. Допускается изготавливать шпильки с центральными отверстиями по ГОСТ 14034.

2.16. Шпильки, используемые при температуре до 200 °С, по заказу потребителя должны изготавливаться с покрытием. Вид покрытия — по ГОСТ 9.303. Толщина покрытия — по ГОСТ 9.306. Условное обозначение покрытия — по ГОСТ 1759.0.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.17. Защитные покрытия должны быть однородными. Пузыри и отслаивания не допускаются.

2.18. Требования к шероховатости поверхности под покрытие — по ГОСТ 9.301.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 17769.

3.2. Каждая шпилька должна быть подвергнута проверке на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.7—2.18, 5.1, 5.2.

3.3. Шпильки должны предъявлять к приемке партиями. Партия должна состоять из шпилек одного условного обозначения, изготовленных из одной партии заготовок.

3.4. Проверку шпилек на соответствие требованиям п. 2.5 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партия заготовок должна состоять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводить в объеме 100 %. При длине заготовки более 500 мм твердость измеряют на обоих концах и по ее длине с интервалом не более 500 мм.

3.7. Один процент заготовок от партии, но не менее двух штук, с нижним и верхним значениями твердости в данной партии должны подвергать испытаниям на соответствие требованиям п. 2.5.

Допускается отбирать заготовки для механических испытаний с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

3.8. Число испытываемых образцов от каждой контролируемой заготовки должно быть: 1 — на растяжение и 2 — на ударную вязкость.

3.9. Испытание на ударную вязкость заготовок для шпилек размером M12 и M14 допускается не проводить.

3.10. При получении неудовлетворительных результатов испытания механических свойств хотя бы одного образца следует проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, давших неудовлетворительный результат.

3.11. Партию считают годной, если при повторных испытаниях получены положительные результаты. При получении неудовлетворительных результатов испытаний партия заготовок может быть предъявлена к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.12. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение требуемых механических свойств, указанных в табл. 5, могут быть допущены к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считают повторной термической обработкой.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний осмотр (пп. 2.11, 5.1, 5.2) следует проводить без применения увеличительных приборов.

4.2. Размеры шпилек (пп. 1.1, 2.7—2.10, 2.12—2.15) следует проверять предельными калибрами, шаблонами, универсальными измерительными приборами.

4.3. Определение твердости (п. 2.5) — по ГОСТ 9012.

4.4. Испытание на растяжение (п. 2.5) — по ГОСТ 1497.

4.5. Испытание на ударную вязкость (п. 2.5) — по ГОСТ 9454—78, образец типа 1.

4.6. Метод отбора проб (п. 2.5) — по ГОСТ 7564.

4.7. Методы проверки качества и толщины покрытия (пп. 2.16—2.18) — по ГОСТ 9.302. Толщину покрытия проверяют на стержне шпильки.

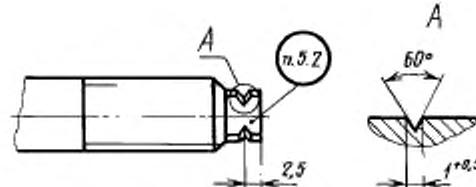
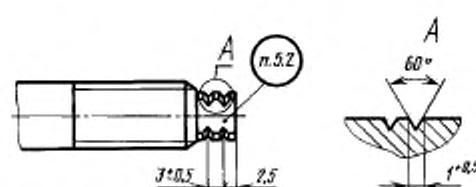
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка шпилек в зависимости от марки стали должна соответствовать указанной в табл. 6.

Таблица 6

| Марка стали | Маркировка |
|----------------|--|
| 35Х; 38ХА; 40Х |  |

Продолжение табл. 6

| Марка стали | Маркировка |
|--------------------|--|
| 35ХМ; 30ХМА; 40ХФА |  |
| 25Х1МФ; 25Х2М1Ф |  |

П р и м е ч а н и я:

1. Допускается маркировка на торце хвостовика.
2. Маркировка должна сохраняться при замене стали на равноценную.

5.2. На шпильках, в местах, указанных в табл. 6, должна быть нанесена маркировка с указанием:

номера партии;

товарного знака предприятия-изготовителя.

5.3. Высота знаков маркировки должна быть:

2,5 мм — для шпилек $d \leq 27$ мм;

4 мм » $d > 27$ мм.

5.4. Знаки маркировки должны быть отчетливо видны невооруженным глазом.

5.5. Маркировку следует проводить ударным способом.

5.6. Партия шпилек должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие шпилек требованиям настоящего стандарта.

Паспорт должен содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя;

условное обозначение шпилек;

число шпилек;

номер партии;

марку стали;

номер настоящего стандарта;

результаты испытаний (с указанием даты);

вид и толщину покрытия (для шпилек с покрытием);

штамп ОТК.

5.7. (Исключен, Изм. № 1).

5.8. Требования к упаковке, транспортированию, хранению и маркировке тары — по ГОСТ 18160.

5.9. При хранении в закрытом помещении шпильки должны находиться в таре.

5.10. Допускается по согласованию между потребителем и изготовителем шпильки с покрытием не подвергать консервации.

Режимы термической обработки заготовок

| Марка стали | Закалка | | Отпуск | |
|-------------|---|----------------------|----------------------------|----------------------|
| | температура нагрева, °C | охлаждающая среда | температура нагрева, °C | охлаждающая среда |
| 35Х | 850—870 | | 500—540 | |
| 38ХА | 850—870 | | 530—580 | |
| 40Х | 850—870 | | 530—580 | |
| 30ХМА | 850—890 | | 530—570 | |
| 35ХМ | 850—870 | | 560—600 | |
| 40ХФА | 870—890 | Масло | 630—660 | |
| 25Х1МФ | 930—950 | | 620—660 | |
| 25Х2М1Ф | Двойная нормализация 1030—1050 и 950—970 | | 680—700 | Вода или масло |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР**РАЗРАБОТЧИКИ****Е.Я. Нейман; Л.Ф. Березин (руководитель темы)****2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 № 6081****3. ВЗАМЕН ГОСТ 11447—65****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|--|--------------|
| ГОСТ 9.301—86 | 2.18 | ГОСТ 10549—80 | 2.8 |
| ГОСТ 9.302—88 | 4.7 | ГОСТ 14034—74 | 2.15 |
| ГОСТ 9.303—84 | 2.16 | ГОСТ 16093—81 | 2.7 |
| ГОСТ 9.306—85 | 2.16 | ГОСТ 17769—83 | 3.1 |
| ГОСТ 1497—84 | 4.4 | ГОСТ 18160—72 | 5.8 |
| ГОСТ 1759.0—87 | 2.16 | ГОСТ 19256—73 | 2.10 |
| ГОСТ 4543—71 | 2.3 | ГОСТ 19258—73 | 2.10 |
| ГОСТ 7564—97 | 4.6 | ГОСТ 20072—74 | 2.3 |
| ГОСТ 9012—59 | 4.3 | ГОСТ 24705—81 | 2.7 |
| ГОСТ 9150—81 | 2.8 | ГОСТ 25347—82 | 2.12, 2.13 |
| ГОСТ 9454—78 | 4.5 | | |

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандarta от 25.02.91 № 161**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1986 г., феврале 1991 г. (ИУС 10—86, 5—91)**

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 08.02.99. Подписано в печать 24.02.99. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 1,05. Тираж 160 экз. С2065. Зак. 150.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102