

ПРОВОДА ЭМАЛИРОВАННЫЕ КРУГЛЫЕ

Метод испытания изоляции на прочность склеивания

ГОСТ

14340.5-78*

Enamelled round wires
Bonding strength test methodВзамен
ГОСТ 14340.5-69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 13 июля 1978 г. № 1886 срок введения установлен

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 29.06.84 № 2372 с 01.01.80

срок действия продлен без ограничения (и.ч. 9%) до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на эмалированные круглые провода с дополнительным kleящим слоем и устанавливает метод их испытания на прочность склеивания.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 251-1, 1978 г.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Для проведения испытания отбирают образцы от катушек с проводом, не имеющим механических повреждений и хранившимся в условиях, указанных в нормативно-технической документации на провода.

1.2. Для испытаний отбирают три образца длиной $(1,5 \pm 0,05)$ м для проводов диаметром до 0,5 мм и $(2,8 \pm 0,05)$ м для проводов диаметром выше 0,5 мм.

1.3. Образцы провода должны быть смотаны с катушки без растяжения и перегибов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытаний должна применяться следующая аппаратура:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Порядокание (март 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1982 г., июне 1984 г. (ИУС 6-82, 10-84).

устройство для намотки спирали, схема которого указана на черт. 1;

набор металлических стержней с номинальными диаметрами, указанными в таблице. Предельные отклонения от номинальных диаметров стержней должны быть $\pm 0,02$ мм. Длина стержней должна быть (50 ± 2) мм для стержней диаметром 1,0 мм; (100 ± 2) мм для стержней диаметром от 2,0 до 10,0 мм и (180 ± 2) мм для стержней диаметром выше 10,0 мм.

Материал для изготовления стержней—сталь 45 по ГОСТ 1050—74.

Шероховатость обрабатываемой поверхности стержней (R_a) должна быть не более 0,160 мкм по ГОСТ 2789—73;

набор подставок диаметром (75 ± 5) мм для стержней с номинальным диаметром от 1,0 до 10,0 мм и диаметром (100 ± 5) мм для стержней с номинальным диаметром выше 10,0 мм.

Высота углубления подставки для установки стержней должна быть равна $(1,5—2)d$, где d —диаметр стержня;

набор грузов для натяжения провода при намотке спирали.

Предельное отклонение от массы груза, обеспечивающей нагрузку в соответствии с указанной в таблице, $\pm 1\%$;

набор грузов для нагружения спирали во время запечки. Предельное отклонение от массы груза, обеспечивающей нагрузку в соответствии с указанной в таблице, $\pm 0,5\%$.

Диаметры грузов для нагружения спирали при запечке должны соответствовать:

20 ± 1 мм	при нагрузке от 0,05 Н (5 гс)	до 0,15 Н (15 гс);
30 ± 1 мм	»	» 0,25 Н (25 гс) » 1,25 Н (125 гс);
40 ± 1 мм	»	» 1,75 Н (175 гс) » 2,50 Н (250 гс);
50 ± 2 мм	»	» 3,25 Н (325 гс) » 5,50 Н (550 гс);
60 ± 2 мм	»	» 6,50 Н (650 гс) » 10,00 Н (1000 гс).

Диаметры отверстий должны обеспечивать скользящую посадку грузов на стержни;


разновесы по ГОСТ 7328—82;

чашечки для разновесов;

термостат с погрешностью регулирования температуры $\pm 2,5^\circ\text{C}$ для температур до 150°C и $\pm 3,5^\circ\text{C}$ для температур выше 150°C ;

штатив с кольцом;

секундомер марки С-1-2а класса 3 по ГОСТ 5072—79.

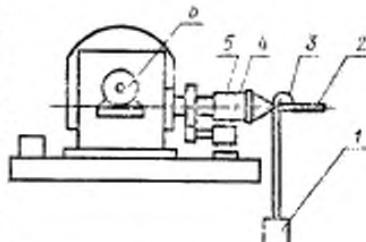

1—груз; 2—стержень; 3—образец провода; 4—счетчик числа витков; 5—вращающийся патрон для закрепления стержня; 6—электродвигатель.

Черт. 1

Номинальный диаметр проводника, мм	Диаметр стержня d , мм	Нагрузка, Н (гс)	
		при намотке образца (спираль)	при залечке образца (спираль)
От 0,060 до 0,071 включ.	1	0,05 (5)	0,05 (5)
Св. 0,071 > 0,100 >	1	0,05 (5)	0,05 (5)
> 0,100 > 0,160 >	1	0,12 (12)	0,15 (15)
> 0,160 > 0,200 >	1	0,30 (30)	0,25 (25)
> 0,200 > 0,315 >	2	0,80 (80)	0,35 (35)
> 0,315 > 0,400 >	3	0,80 (80)	0,50 (50)
> 0,400 > 0,500 >	4	2,00 (200)	0,75 (75)
> 0,500 > 0,630 >	5	2,00 (200)	1,25 (125)
> 0,630 > 0,710 >	6	5,00 (500)	1,75 (175)
> 0,710 > 0,800 >	7	5,00 (500)	2,00 (200)
> 0,800 > 0,900 >	8	5,00 (500)	2,50 (250)
> 0,900 > 1,000 >	9	5,00 (500)	3,25 (325)
> 1,000 > 1,120 >	10	12,00 (1200)	4,00 (400)
> 1,120 > 1,250 >	11	12,00 (1200)	4,50 (450)
> 1,250 > 1,400 >	12	12,00 (1200)	5,50 (550)
> 1,400 > 1,600 >	14	12,00 (1200)	6,50 (650)
> 1,600 > 1,800 >	16	30,00 (3000)	8,00 (800)
> 1,800	18	30,00 (3000)	10,00 (1000)

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Подготовка образцов к испытанию должна производиться при температуре окружающего воздуха $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 75 %, если в нормативно-технической документации на провода не предусмотрены другие температура и влажность.

3.2. На стержень с помощью устройства, указанного на черт. 1, наматывают испытуемый провод в виде спирали. При этом один конец провода закрепляют на стержне, используя отверстие на его конце, а к другому концу подвешивают груз, обеспечивающий нагрузку, указанную в таблице. В качестве груза допускается применять разновесы.

Прибор устанавливают на площадку, высота которой от уровня пола определяется длиной образца испытуемого провода, наи-


большего по номинальному диаметру. Стержень прибора должен находиться в горизонтальном положении.

Образцы провода с номинальным диаметром проволоки до 0,355 мм включительно наматывают спиралью длиной 20—23 мм, провода с номинальным диаметром проволоки свыше 0,355 мм — спиралью с числом витков 50—55 при частоте вращения стержня 1—3 об/с.

Допускается намотка спирали вручную. При этом для облегчения намотки спирали используют стержни, плотно вставленные в подставки.


4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образцы провода в виде спирали вместе со стержнем снимают с устройства для намотки, освобождают закрепленный конец и устанавливают в вертикальном положении на подставку (см. черт. 2).

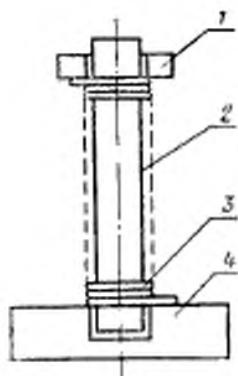

1—трущ; 2—стержень;
3—спираль из испытуемого провода; 4—подставка с углублением для фиксирования стержня.

Черт. 2

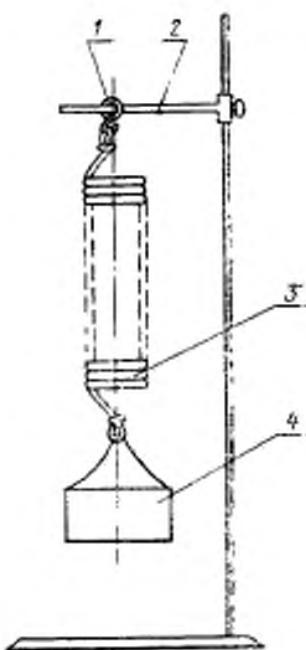

1—хрючок; 2—кольцо; 3—спираль из испытуемого провода; 4—чашечка для разновесов.

Черт. 3

На стержень поверх спирали накладывают груз массой, обеспечивающей нагрузку, соответствующую указанной в таблице.

4.2. Приспособление, указанное в п. 4.1, помещают в термостат и выдерживают в нем в течение 0,5 ч при испытании проводов с名义альным диаметром проволоки до 0,60 мм и в течение 1 ч при испытании проводов с名义альным диаметром проволоки выше 0,60 мм при температуре, указанной в нормативно-технической документации на провода.

4.3. После выдержки в термостате приспособление с запеченной спиралью вынимают из него, охлаждают до комнатной температуры, освобождают спираль от груза и осторожно снимают ее со стержня.

Поврежденные при снятии со стержня спирали для дальнейшего проведения испытания не используют.

Для облегчения снятия спирали допускается использование антиадгезивов, накладываемых на поверхность стержня.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.4. Один конец запеченной спирали закрепляют на крючке в соответствии с черт. 3, который подвешивают к кольцу штатива. К другому концу спирали подвешивают чашечку для помещения разновесов. После этого кольцо устанавливают на такой высоте, при которой расстояние от чашечки до поверхности основания штатива составляет 90—100 мм.

4.5. Для определения прочности склеивания провода на соответствие требованиям нормативно-технической документации к спирали прикладывают нормированную нагрузку с помощью разновесов, помещаемых в чашечку. При этом масса чашечки должна учитываться при определении значения нагрузки.

Прочность склеивания соответствует установленной в нормативно-технической документации, если в течение 5—8 с не произошло разрушения спирали.

Спираль считается разрушенной, если в результате разъединения витков и растяжения части спирали, чашечка достигает плоскости основания штатива.

Если происходит равномерное растяжение всех витков спирали, то определение считается недействительным и нагрузка не учитывается, так как она характеризует упругость несклеенного образца.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.6. Для определения истинной (пределной) прочности склеивания проводов нагрузку на спираль увеличивают постепенно до тех пор, пока не произойдет разрушения спирали.

После каждого нагружения спираль выдерживают под нагрузкой в течение 5—8 с.

Нагрузку, предшествующую нагрузке, при которой происходит разрушение спирали, принимают за прочность склеивания. Она не должна отличаться от разрушающей более чем на 5%.

Первоначальная нагрузка и степень ее возрастания при каждом последующем нагружении не нормируются и выбираются в зависимости от номинального диаметра провода и ожидаемой прочности склеивания при условии соблюдения разницы между разрушающей и предшествующей нагрузками, установленными в стандарте.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Определение прочности склеивания производят на трех образцах (спиралях).

За показатель прочности склеивания принимают минимальное значение трех определений.
