

ГОСТ 16483.13—72

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДРЕВЕСИНА

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
ПРИ ПЕРЕРЕЗАНИИ ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Издание официальное

Б3 1—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

ДРЕВЕСИНА

Метод определения предела прочности при перерезании поперек волокон

ГОСТ**16483.13—72***

Wood.

Method for determination of ultimate strength in cutting
perpendicular to grain

Взамен**ГОСТ 11496—65**
в части разд. Г

ОКСТУ 5309

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.01.72 № 324 дата введения установлена 01.01.73.
Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94).

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения предела прочности при перерезании поперек волокон в тангенциальном и радиальном направлениях.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

- 1.1. Испытательная машина по ГОСТ 28840—90, с погрешностью измерения нагрузки не более 1 %.
- 1.2. Штангенциркуль по ГОСТ 166—89.
- 1.3. Приспособление с ножами, радиус закругления режущих кромок которых от 5 до 10 мкм (чертеж).
- 1.4. Аппаратура и материалы для определения влажности древесины — по ГОСТ 16483.7—71.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ


- 2.1. Образцы изготавливают в форме прямоугольной пластинки размерами 20 × 5 мм (последний размер в радиальном направлении при тангенциальном перерезании) и длиной вдоль волокон 50 мм.
 - 2.2. Точность изготовления, влажность и количество образцов для каждого направления действия нагрузки должны соответствовать требованиям ГОСТ 16483.0—89.
- При определении минимального количества образцов коэффициент вариации предела прочности при перерезании поперек волокон принимают равным 20 %.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

- 3.1. Размеры a и b поперечного сечения образца измеряют на середине длины с погрешностью не более 0,1 мм.
 - 3.2. Образцы испытывают с помощью приспособления, изображенного на чертеже. Приподняв подвижной нож 1, образец вставляют в прорезь и зажимают винтами 2.
- Образец нагружают равномерно со скоростью (10000 ± 2000) Н/мин. Допускается проводить испытания при скорости перемещения нагружающей головки испытательной машины 10 мм/мин.
- Испытание продолжают до разрушения образца. Максимальную нагрузку P_{max} определяют с точностью до цены деления шкалы силоизмерителя.
- 3.3. После испытания определяют влажность образцов в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.7—71. Пробой для определения влажности является весь образец. Для определения

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 9—84)

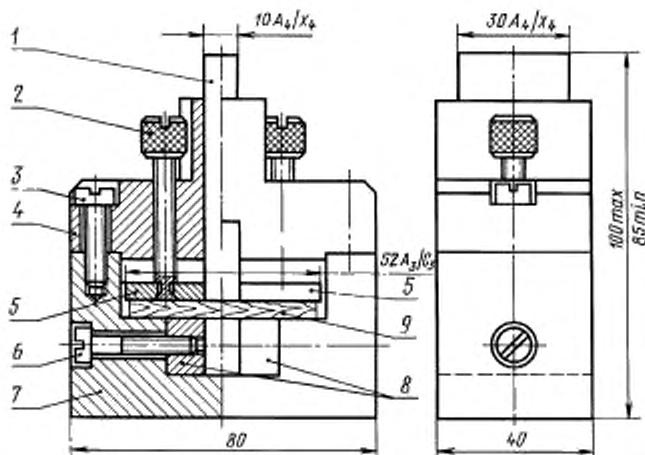

1 — подвижной нож; 2 — винт зажима образца; 3 — винт крепления крышки; 4 — крышка; 5 — зажимная планка; 6 — винт установки неподвижного ножа; 7 — корпус; 8 — неподвижный нож; 9 — образец

средней влажности испытанных образцов допускается отбирать каждый четвертый образец, но не меньше трех.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности τ_w образца с влажностью W в момент испытания вычисляют с точностью до 0,1 МПа по формуле

$$\tau_w = \frac{P_{\max}}{2ab},$$

где P_{\max} — максимальная нагрузка, Н;

a и b — размеры поперечного сечения образца, мм.

4.2. Предел прочности τ_w образца с нормализованной влажностью пересчитывают к влажности 12 % с точностью до 0,1 МПа по формуле

$$\tau_{12} = \tau_w [1 + \alpha (W - 12)],$$

где τ_w — предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;

α — поправочный коэффициент, равный 0,03;

W — влажность образца в момент испытания, %.

Предел прочности τ_w образца с влажностью, равной или больше предела насыщения клеточных стенок, пересчитывают к влажности 12 % с точностью до 0,1 МПа по формуле

$$\tau_{12} = \tau_w \cdot K_{12},$$

где τ_w — предел прочности образца с влажностью W в момент испытания, МПа;

K_{12} — пересчетный коэффициент при влажности 30 %, равный:

1,39 — для акации, вяза и дуба; 1,87 — для березы и ореха; 1,63 — для бук и груши, сосны кедровой и обыкновенной, ели и лиственницы; 1,76 — для граба, ивы, осины и тополя и 1,53 — для клена, липы, ольхи, пихты и ясени.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. (Исключен, Изм. № 1).

4.4. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.

4.5. Результаты измерений и расчетов заносят в протокол испытаний (см. приложение).

ПРОТОКОЛ
испытания древесины на перерезание поперек волокон

Порода _____ Температура воздуха t , °C _____

Направление перерезания _____

Степень насыщенности влагой воздуха ϕ , % _____

Скорость нагружения:

Н/мин _____

мм/мин _____

Маркировка образца	Размеры образца, мм		Максимальная нагрузка P_{max} , Н	Влажность W , %	Предел прочности, МПа		Примечание
	a	b			τ_u	τ_{l2}	

« ____ » ____ 19 ____ г. Подпись _____

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор В.Н. Копысова
 Технический редактор В.Н. Прускова
 Корректор В.Н. Кануркина
 Компьютерная верстка С.В. Рыбовой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 18.08.99. Подписано в печать 21.09.99. Усл.печл. 0,47. Уч.-изд.л. 0,40.
 Тираж 137 экз. С 3722. Зак. 780.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Набрано в Издательстве на ПЭВМ
 Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", Москва, Лилиин пер., 6
 Пар № 080102