

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ****Метод определения содержания серы**

Chromium ores and concentrates.  
Method for determination of sulphur content

**ГОСТ  
15848.6-70**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 10/IV 1970 г. № 482 срок введения установлен с 1/I 1971 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на хромовые руды и концентраты и устанавливает объемный йодометрический метод определения содержания серы (при содержании от 0,005 до 0,5%).

Метод заключается в прокаливании навески руды или концентрата в токе кислорода при 1300—1350°C, поглощении образующейся двуокиси серы водой и титровании сернистой кислоты раствором йодид-йодата в присутствии индикатора крахмала.

Применение метода предусматривается в стандартах и технических условиях на хромовые руды и концентраты, устанавливающих технические требования на них.

### **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу определения содержания серы — по ГОСТ 15848.0—70.

### **2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Установка для определения содержания серы (см. чертеж).

Калия гидрат окиси (кали едкое) по ГОСТ 4203—65, раствор 400 г/л.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 4527—65, раствор; готовят следующим образом: 40 г марганцовокислого калия растворяют в 1000 мл раствора, содержащего 400 г едкого кали.

Кальций хлористый кристаллический по ГОСТ 4141—66.

Кислота серная по ГОСТ 4204—66.

Известь натронная по ГОСТ 4455—48.

Плавень: медь по ГОСТ 859—66 марки М00 в виде мелкой стружки.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—67.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—62, раствор 0,5 г/л; готовят следующим образом: 0,5 г крахмала растирают в фарфоровой ступке с 50 мл воды и вливают тонкой струей в 950 мл кипящей воды. Раствор охлаждают, приливают 15 мл соляной кислоты и перемешивают.

Калий йодистый по ГОСТ 4232—65.


Калий йодноватокислый по ГОСТ 4202—65.

Йодид-йодат, титрованный раствор; готовят следующим образом: 0,0892 г йодноватокислого калия, 17 г йодистого калия и 0,4 г едкого калия помещают в стакан вместимостью 300 мл и растворяют в 150—200 мл воды. Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, разбавляют водой до метки и перемешивают.

1 мл раствора соответствует приблизительно 0,00004 г серы.

Раствор хранят в склянке из темного стекла.

#### Установка для определения содержания серы

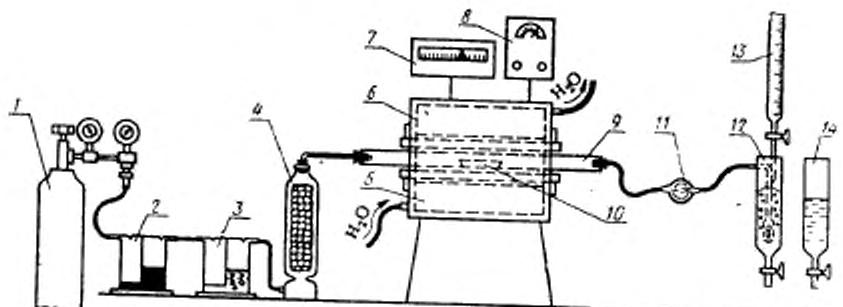

Установка состоит из следующих элементов: баллона с кислородом 1, снабженного редуктором; склянок Тищенко 2 и 3; колонки Фрезениуса 4; горизонтальной трубчатой печи с силитовыми нагревателями 5, обеспечивающими нагрев до 1350°C; металлического кожуха 6 для охлаждения печи проточной водой; терморегулятора 7 с платино-платинородиевой термопарой; регулятора напряжения 8; трубы фарфоровой 9 длиной 650—700 мм, с внутренним диаметром 18—20 мм. Концы трубы должны выступать из печи не менее чем на 160 мм. Трубку закрывают с обоих концов резиновыми пробками, в отверстия которых вставлены стеклянные трубки. Внутреннюю торцовую поверхность пробок закрывают асbestosвыми прокладками; лодочки фарфоровой 10;

стеклянной трубки с шарообразным расширением 11; поглотительного сосуда 12, высотой 190 мм, диаметром 48 мм. В сосуд впаяна Г-образная стеклянная трубка, заканчивающаяся барбатером, через который поступают газообразные продукты прокаливания. Внутрь барбатера впаян стеклянный клапан, предохраняющий от переброса жидкости из поглотительного сосуда в фарфоровую трубку. В нижней части сосуда имеется кран для слива раствора; бюретки 13; сосуда для сравнения 14 диаметром 48 мм, высотой 190 мм.

### 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

3.1. Склянку Тищенко 2 заполняют на  $\frac{1}{6}$  объема раствором марганцовокислого калия, склянку Тищенко 3 — на  $\frac{1}{6}$  объема серной кислотой. В колонку Фрезениуса помещают тампон из стеклянной ваты. Нижнюю половину колонки заполняют хлористым кальцием, верхнюю — натронной известью, которую накрывают слоем стеклянной ваты. Стеклянную трубку с шарообразным расширением заполняют стеклянной ватой. В кожух печипускают воду. Включают печь и нагревают ее до 1300—1350°C. Температуру печи поддерживают в этом интервале с помощью терморегулятора и регулятора напряжения.

В поглотительный сосуд и сосуд для сравнения наливают по 100—120 мл раствора крахмала, в который было прибавлено несколько капель раствора йодид-йодата до получения светло-голубой окраски. Соединяют все части установки и пропускают ток кислорода с такой скоростью, чтобы уровень жидкости в поглотительном сосуде поднялся на 30—40 мм. Закрывают доступ кислорода в поглотительный сосуд и проверяют установку на герметичность. Установка герметична, если пузырьки кислорода не проходят через склянки Тищенко.

Перед проведением анализа удаляют примесь серы из фарфоровой трубы и лодочек прокаливанием их в токе кислорода при рабочей температуре печи. Для этого лодочку помещают в наиболее нагретую часть трубы и пропускают ток кислорода. Полноту выгорания серы контролируют пропусканием газообразных продуктов через раствор крахмала. По мере обесцвечивания раствора прибавляют раствор йодид-йодата до устойчивой светло-голубой окраски.

Конец процесса выгорания серы определяют по прекращению обесцвечивания раствора.

После удаления серы из лодочек последние хранят в эксиаторе.

Раствор из поглотительного сосуда и сосуда для сравнения сливают и сосуды промывают водой.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. В поглотительный сосуд и сосуд для сравнения наливают по 100—120 мл раствора крахмала, в который предварительно было прибавлено несколько капель раствора йодид-йодата до получения светло-голубой окраски. Пропускают ток кислорода с такой скоростью, чтобы жидкость в поглотительном сосуде интенсивно перемешивалась; при этом уровень жидкости поднимается на 30—40 мм.

Если наблюдается ослабление окраски раствора в поглотительном сосуде, то прибавляют по каплям титрованный раствор йодид-йодата до уравнивания окраски в обоих сосудах.

Навеска хромовой руды или концентраты в зависимости от содержания серы приведена в табл. 1.

Таблица 1

Содержание серы в %	Навеска в г
От 0,005 до 0,05	1
Св. 0,05 . 0,25	0,5
. 0,25 . 0,5	0,2

Навеску хромовой руды или концентраты помещают в прокаленную фарфоровую лодочку и равномерным слоем насыпают 1 г плавня.

Лодочку с навеской и плавнем при помощи крючка помещают в наиболее нагретую часть фарфоровой трубы, закрывают ее резиновой пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка, служащая для отвода газообразных продуктов прокаливания в поглотительный сосуд.

По мере поступления смеси газов ( $\text{SO}_2 + \text{O}_2$ ) жидкость в поглотительном сосуде обесцвечивается. Из бюретки по каплям прибавляют титрованный раствор йодид-йодата до получения одинаковой окраски растворов в поглотительном сосуде и сосуде для сравнения.

Прокаливание навески считают законченным, если окраска раствора в поглотительном сосуде будет устойчивой в течение 1 мин.

По окончании прокаливания образца лодочку вынимают крючком из печи, поглотительный раствор сливают из сосуда и промывают его водой.

Для определения поправки контрольного опыта проводят сжигание 1 г плавня в лодочке в трех параллельных навесках.

#### 4.2. Установка титра раствора йодид-йодата

Титр раствора йодид-йодата устанавливают по стандартному образцу хромовой руды или концентрата, близкому по химическому составу и содержанию серы к анализируемому образцу, для чего навеску стандартного образца проводят через все стадии анализа, как указано в п. 4.1.

Титр раствора йодид-йодата ( $T$ ), выраженный в граммах серы, вычисляют по формуле:

$$T = \frac{c \cdot G}{V \cdot 100},$$

где:

$c$  — содержание серы в стандартном образце в %;

$G$  — навеска стандартного образца в г;

$V$  — объем раствора йодид-йодата, израсходованный на титрование, в мл.

#### 5. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

5.1. Содержание серы ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле:

$$X = \frac{V \cdot T \cdot 100}{G},$$

где:

$V$  — объем раствора йодид-йодата, израсходованный на титрование, в мл;

$T$  — титр раствора йодид-йодата, выраженный в граммах серы;

$G$  — навеска руды или концентрата в г.

5.2. Максимальное расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать величины допускаемого расхождения для соответствующего интервала содержания серы, указанной в табл. 2.

Средний результат одновременно проведенного анализа стандартного образца не должен отличаться от результата, указанного в свидетельстве, более, чем на величину половины допускаемого расхождения.

При получении неудовлетворительных результатов определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

Таблица 2

Содержание серы в %	Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений в абсолютных %
От 0,005 до 0,02	0,002
Св. 0,02 . . 0,05	0,006
. . 0,05 . . 0,25	0,012
. . 0,25 . . 0,5	0,02

Назначение стандарта изложить в новой редакции: «Руды хромовые и концентраты. Метод определения серы»

Chromium ores and concentrates. Method for determination of sulphur.

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: г/л на г/дм<sup>3</sup>, мл на см<sup>3</sup>.

Под назначением стандарта проставить код: ОКСТУ 0741.

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на хромовые руды и концентраты и устанавливает титриметрический метод определения массовой доли серы от 0,005 до 0,5 %»; второй абзац. Заменить слова: «образующейся двуокиси» на «образующейся диоксида», «Йодид-йодата» на «Йодноватокислого калия»;

третий абзац исключить.

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15848.0—70 на ГОСТ 15848.0—85; исключить слово: «содержания».

Раздел 2 дополнить абзацем (после десятого): «Аскарит»;

первый абзац и назначение чертежа Исключить слово: «содержания»;

второй абзац. Заменить слова: «гидрат окиси» на «гидроксид»;

шестой абзац изложить в новой редакции: «Асбест»;

седьмой абзац дополнить словами: «Допускается применение других плавней»;

двенадцатый абзац. Заменить слова: «Йодид-йодат» на «Йодноватокислый калий»;

дополнить абзацем (после двенадцатого): «При определении серы менее 0,01 % рекомендуется применять разбавленные растворы йодноватокислого калия (1:2), (1:4);

тринадцатый абзац дополнить словами: «Массовую концентрацию раствора йодноватокислого калия устанавливают по стандартному образцу хромовой руды или концентраты, близкому по химическому составу и содержанию серы к анализируемому образцу, для чего взвеску стандартного образца проводят через все стадии анализа, как указано в п. 4.1.

Массовую концентрацию раствора йодноватокислого калия ( $T$ ), выраженную в граммах серы, вычисляют по формуле

(Продолжение см. с. 50)

$$T = \frac{C \cdot m}{V \cdot 100},$$

где  $C$  — массовая доля серы в стандартном образце, %;

$m$  — масса навески стандартного образца, г;

$V$  — объем раствора йодноватокислого калия, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

пятнадцатый абзац. Заменить слова: «склянок Тищенко 2 и 3; колонки Фрезениуса 4» на «U-образных трубок 2, 3 и 4»;

заменить ссылки: ГОСТ 4203—65 на ГОСТ 24363—80, ГОСТ 4527—65 на ГОСТ 20490—75, ГОСТ 4141—66 на ГОСТ 4460—77, ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77, ГОСТ 859—66 на ГОСТ 859—78, ГОСТ 10163—62 на ГОСТ 10163—76, ГОСТ 4232—65 на ГОСТ 4232—74, ГОСТ 4202—65 на ГОСТ 4202—75.

Пункт 3.1. Первый абзац до слов «Стеклянную трубку» изложить в новой редакции: «U-образную трубку 2 заполняют асбестом, пропитанным двуксидом марганца. U-образную трубку 4 заполняют безводным хлористым кальцием или ангидроном.

Для очистки кислорода вместо склянок 2, 3, 4 допускается применение колонки, заполненной аскаритом»;

второй абзац. Заменить слова: «йодид-йодата» на «йодноватокислого калия».

Пункт 4.1. Первый, второй, шестой абзацы. Заменить слова: «йодид-йодата» на «йодноватокислого калия»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Масса навески хромовой руды или концентрата в зависимости от массовой доли серы приведена в табл. 1.

Таблица 1

Массовая доля серы, %	Масса навески, г
От 0,005 до 0,05	1,0
Св. 0,05 » 0,25	0,5
» 0,25 » 0,5	0,2

Пункт 4.2 исключить.

Раздел 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 51)

**«5. Обработка результатов**

5.1. Массовую долю серы ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{V \cdot T \cdot 100}{m},$$

где  $V$  — объем раствора йодноватокислого калия, израсходованный на титрование,  $\text{см}^3$

$T$  — массовая концентрация раствора йодноватокислого калия, выраженная в граммах серы;

$m$  — масса навески руды или концентратта, г.

5.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов параллельных определений при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должны превышать допускаемых значений, приведенных в табл. 2.

(Продолжение см. с. 52)

---

(Продолжение изменения к ГОСТ 15848.6—70)

Таблица 2

Массовая доля серы, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 0,005 до 0,01	
Св. 0,01 > 0,02	0,002
> 0,02 > 0,04	0,003
> 0,04 > 0,08	0,005
> 0,08 > 0,20	0,008
> 0,20 > 0,50	0,012
	0,020

(ИУС № 11 1985 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 15848.6—70 Руды хромовые и концентраты. Метод определения содержания серы**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3581**

**Дата введения 01.07.91**

**Назначение стандарта изложить в новой редакции: «Руды хромовые и концентраты. Методы определения серы».**

**Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на хромовые руды и концентраты и устанавливает титриметрический йодид-йодатный и кулонометрический методы определения серы (при массовой доле серы от 0,005 до 0,5 %)»;**

**второй абзац исключить.**

**Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15848.0—70 на ГОСТ 15848.0—90.**

**Раздел 2 изложить в новой редакции:**

**«2. Титриметрический йодид-йодатный метод**

**Метод основан на сжигании навески руды в токе кислорода при температуре 1380—1350 °С в присутствии плавня.**


**Образовавшаяся двуокись серы поступает в абсорбционный сосуд, поглощается водой с образованием сернистой кислоты, которую оттитровывают раствором йодид-йодата калия в присутствии индикатора крахмала.**

**2.1. Аппаратура, реактивы и растворы**

**Установка для определения серы титриметрическим методом (см. чертеж).**

**(Продолжение см. с. 46)**

## Установка для определения серы титриметрическим методом

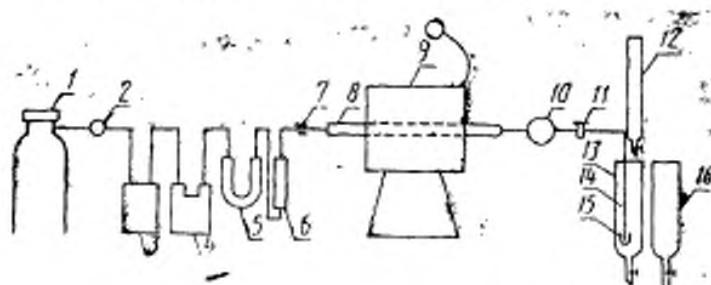

Установка состоит из баллона с кислородом 1 (допускается использовать кислород из кислородопровода); редукционного вентиля 2; промывной склянки 3, содержащей раствор марганцевокислого калия с массовой концентрацией 40 г/дм<sup>3</sup> в растворе гидроксида калия с массовой концентрацией 400 г/дм<sup>3</sup>; склянки 4 с концентрированной серной кислотой; U-образной трубки 5, заполненной безводным хлористым кальцием или ангидром (допускается проводить сухую очистку кислорода; для этого вместо склянок 3, 4 и 5 используют хлоркальциевую трубку, колонку с эскаритом и U-образную трубку, содержащую в первой половине (по ходу газа) асбест, пропитанный двуокисью

(Продолжение см. с. 47)

марганца, а во второй — ангидрон); ротаметра б; двухходового крана 7; трубы муаллита-кремнеземистой 8; горизонтальной печи 9 с карбид-кремниевыми нагревателями, обеспечивающей температуру до 1400 °С; трубы 10 с шарообразным расширением, заполненной ватой; двухходового крана 11; бюретки 12; поглотительного сосуда 13 высотой 190 мм и диаметром 48 мм; в сосуд входит Г-образная трубка 14, оканчивающаяся барботером 15; стеклянного сосуда сравнения 16 высотой 190 мм и диаметром 48 мм.

Лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147-80.

Трубы муаллита-кремнеземистые длиной 650—800 мм с внутренним диаметром 18—22 мм.

Крючок из жаропрочной низкоуглеродистой стали длиной 500—600 мм, диаметром 3—5 мм.

Кислород технический газообразный по ГОСТ 5583-78.

Калий йодноватокислый по ГОСТ 4202-75.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74.

Калий гидроокись по ГОСТ 24363-80.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490-75, раствор с массовой концентрацией 40 г/дм<sup>3</sup> в растворе гидроокиси калия с массовой концентрацией 400 г/дм<sup>3</sup>.

Кальций хлористый по ТУ 6-09-4711.

Аскарит по ТУ 6-09-4128.

Магний хлориокислый (ангидрон) по ТУ 6-09-3880.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77.

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, раствор с массовой концентрацией 0,5 г/дм<sup>3</sup>; 0,5 г растворимого крахмала смешивают с 50 см<sup>3</sup> холодной воды. Полученную суспензию вливают в стакан, содержащий 950 см<sup>3</sup> кипящей воды, прибавляют 15 см<sup>3</sup> соляной кислоты и кипятят 2—3 мин.

Калия йодид-йодата титрованный раствор.

0,0892 г йодноватокислого калия, 17 г йодистого калия и 0,4 г гидроокиси калия помещают в стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> и растворяют в 150—200 см<sup>3</sup> воды. Раствор переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, разбавляют водой до метки и перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора соответствует приблизительно 0,00004 г серы.

Для определения содержания серы менее 0,02 % титрованный раствор разбавляют в соотношениях (1:1) и (1:3).

Массовую концентрацию раствора йодид-йодата калия ( $T$ ) вычисляют по формуле

$$T = \frac{c \cdot m}{(V - V_1) \cdot 100} ,$$

где  $c$  — массовая доля серы в стандартном образце, %;

$m$  — масса навески стандартного образца, г;

$V$  — объем раствора йодид-йодата калия, израсходованный на титрование навески стандартного образца, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора йодид-йодата калия, израсходованный на титрование при проведении контрольного опыта, см<sup>3</sup>.

Плавень: меди марки М00 по ГОСТ 859-78 в виде мелкой стружки.

Допускается применять другие плавни.

Пункт 3.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Собирают установку согласно чертежу. Стеклянные части прибора соединяют при помощи резиновых трубок так, чтобы продукты горения не находились в соприкосновении с резиновыми трубками. Включают печь и нагревают до 1300—1350 °С.

В поглотительный сосуд и сосуд для сравнения наливают по 100—120 см<sup>3</sup> раствора крахмала, в который было прибавлено несколько капель раствора йодид-йодата до получения светло-голубой окраски. Через поглотительный сосуд пропускают кислород со скоростью 2—2,5 дм<sup>3</sup>/мин. Закрывают доступ

(Продолжение см. с. 48)

кислорода в поглотительный сосуд и проверяют установку на герметичность по положению поплавка ротаметра».

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «В поглотительный сосуд в сосуд для сравнения наливают по 100—120 см<sup>3</sup> раствора крахмала, в который предварительно было прибавлено несколько капель раствора йодид-йодата до получения светло-голубой окраски. Пропускают ток кислорода со скоростью 2—2,5 дм<sup>3</sup>/мин»;

четвертый абзац. Заменить слова: «1 г плавки» на «плавки»;

пятый, седьмой, восьмой абзацы. Заменить слово: «прокаливание» на сжигание» (3 раза);

последний абзац исключить.

Пункт 4.2 исключить.

Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: «5. Обработка результатов».

Пункт 5.1. Формулу и экспликацию изложить в новой редакции:

$$X = \frac{T(V - V_1)}{m} \cdot 100,$$

где  $T$  — массовая концентрация раствора йодид-йодата калия, г/см<sup>3</sup>;

$V$  — объем раствора йодид-йодата калия, израсходованный на титрование навески пробы, см<sup>3</sup>;

$V_1$  — объем раствора йодид-йодата калия, израсходованный на титрование контрольного опыта, см<sup>3</sup>;

$m$  — масса навески пробы, г.

Пункт 5.2 и таблицу 2 изложить в новой редакции:

«5.2. Нормы точности и нормативы контроля точности при определении массовой доли серы приведены в табл. 2».

Таблица 2

Массовая доля серы, %	$\Delta$	$d_{\text{K}}$	$d_2$	$c_2$	$\delta$
От 0,005 до 0,01 включ.	0,003	0,004	0,003	0,004	0,002
Сл. 0,01 > 0,02 >	0,004	0,005	0,004	0,005	0,002
> 0,02 > 0,05 >	0,006	0,007	0,006	0,008	0,004
> 0,05 > 0,1 >	0,012	0,015	0,012	0,015	0,008
> 0,1 > 0,2 >	0,02	0,03	0,02	0,03	0,01
> 0,2 > 0,5 >	0,03	0,04	0,03	0,04	0,02

Стандарт дополнить разделом — 6:

#### «6. Кулонометрический метод

Метод основан на сжигании навески пробы в токе кислорода при температуре 1380—1400 °C в присутствии плавки.

Образовавшаяся двуокись серы поглощается раствором с заданным первоначальным значением pH, что приводит к изменению кислотности раствора в ЭДС индикаторной системы pH-метра. Количество электричества, необходимое для достижения первоначального значения pH поглотительного раствора, пропорциональное массовой доле серы в пробе, фиксируется кулонометром-интегратором тока, показывающим непосредственное содержание серы в пробе в процентах.

#### 6.1. Аппаратура, реактивы и растворы

Экспресс-анализатор типов АС-7412, АС-7512, АС-7932, АУС-7544, в том числе в комплекте с автоматическими весами (корректором массы) типа АВ-7301 или КМ-7426.

Лодочки фарфоровые по ГОСТ 9147—80. Лодочки предварительно прокаливают в токе кислорода при рабочей температуре в течение 2 мин и хранят

(Продолжение см. с. 49)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15846.6—70)

в экскаторе. Шлиф крышки экскатора не рекомендуется покрывать смазывающим веществом.

Трубки огнеупорные муллито-кремнеземистые длиной 650—800 мм с внутренним диаметром 18—22 мм.

Крючок из жаропрочной низкоуглеродистой стали длиной 500—600 мм, диаметром 3—5 мм.

Кислород технический газообразный по ГОСТ 5583—78.

Аскарит по ТУ 6—09—4128.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Калий хлористый по ГОСТ 4234—77.

Барий хлористый по ГОСТ 4108—72.

Перекись водорода по ГОСТ 10929—76, раствор с массовой концентрацией 500 г/дм<sup>3</sup>.

Песок кварцевый по ГОСТ 22551—77.

Плавень:

Ванадия (V) окись; х. ч. ТУ 6—09—1948, предварительно прокаленная при температуре 400—450°C в течение 3—4 ч.

Плавень хранят в закрытом боксе в экскаторе.

Железо карбонильное.

Растворы поглотительный и вспомогательный в зависимости от типа применяемой установки.

## 6.2. Проведение анализа

6.2.1. Анализатор приводят в рабочее состояние согласно инструкции по эксплуатации прибора.

6.2.2. Градуировку анализатора проводят по стандартным образцам стали типа углеродистой. Результаты анализа используются для корректировки настройки анализатора.

6.2.3. В фарфоровую лодочку, помещают навеску руды (см. табл. 3) и покрывают плавнем, состоящим из 0,2 г ванадия (V) окиси и 0,5 г карбонильного железа. Лодочку с навеской пробы и плавнем помещают при помощи крючка в трубку для сжигания, закрывают затвор, устанавливают показания цифрового табло на «0».

В процессе сжигания пробы поглотительный раствор закисляется и стрелка pH-метра отклоняется вправо от исходного положения. Автоматически включается ток титрования, а на табло осуществляется непрерывный отчет показаний.

(Продолжение см. с. 50)

## (Продолжение изменения к ГОСТ 15848.6-70)

Анализ считают законченным, когда стрелка рН-метра возвращается в исходное положение, а показания цифрового табло не изменяются или изменяются на величину холостого счета прибора.

Записывают показания цифрового табло, открывают затвор и извлекают лодочку из трубы.

Таблица 3

Массовая доля серы, %	Масса навески, г
От 0,005 до 0,05 включ.	0,4
Св. 0,05 > 0,25	0,2
> 0,25 > 0,5	0,1

## 6.3. Обработка результатов

6.3.1. Массовую долю серы ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m(a-a_1)}{m_1},$$

где  $m$  — масса навески, по которой был отградуирован прибор, г;

$a$  — массовая доля серы, полученная при анализе навески пробы, %;

$a_1$  — массовая доля серы, полученная при определении контрольного опыта, %;

$m_1$  — масса навески пробы, г.

Приложения:

1. При использовании анализатора в комплекте с корректором массы формула приобретает вид

$$X = a - a_1.$$

2. При полностью автоматизированном анализе на цифровом табло указывается непосредственно результат анализа.

6.3.2. Нормы точности и нормативы контроля точности при определении массовой доли серы приведены в табл. 2.

(ИУС № 4 1991 г.)