

ДРЕВЕСИНА КЛЕЕНАЯ МАССИВНАЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ
ЗУБЧАТЫХ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДРЕВЕСИНА КЛЕЕННАЯ МАССИВНАЯ

Метод определения предела прочности зубчатых kleевых соединений при растяжении

ГОСТ
15613.5-79

Glued massive wood.

Method for determination of ultimate tensile strength of finger glued joints

ОКСТУ 5309

Дата введения 01.01.80


Настоящий стандарт распространяется на массивную kleеную древесину и устанавливает метод определения прочности зубчатых kleевых соединений при растяжении.

Сущность метода заключается в определении максимальной нагрузки, разрушающей зубчатое kleевое соединение при растяжении и вычислении напряжения (предела прочности) при этой нагрузке.

I. АППАРАТУРА

1.1. Для проведения испытаний должны применяться:

машина испытательная по ГОСТ 28840 с погрешностью измерения нагрузки не более 1 %, снабженная захватами, щечки которых обработаны в соответствии с черт. 1;

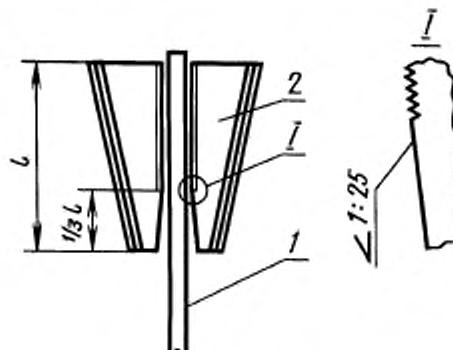

1 — образец; 2 — щечка захвата

Черт. 1

штангенциркуль по ГОСТ 166 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;
аппаратура и материалы для определения влажности древесины по ГОСТ 16483.7.

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

2.1. Метод отбора, количество образцов и влажность древесины устанавливается нормативно-технической документацией на конкретный вид kleenой продукции или определяется целями исследования.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Заготовку для образцов склеивают или выпиливают из готовой продукции в виде прямоугольной призмы с зубчатым соединением посередине длины заготовки.

Длина заготовки должна быть 300 мм. Толщина и ширина заготовки должны соответствовать толщине и ширине испытываемой kleenой продукции.

В случае специального изготовления заготовку для образцов склеивают по технологии, установленной для данного вида kleenой продукции, и из древесины той породы, из которой изготавливают kleеную продукцию.

2.3. Склейенные заготовки распиливают на образцы по форме и размерам, соответствующим черт. 2.

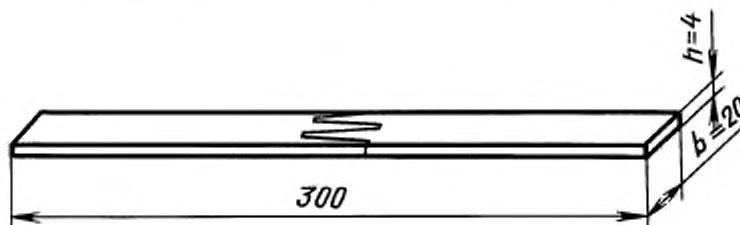

Черт. 2

Количество образцов, выпиливаемых из одной заготовки, должно быть не менее трех: по одному из крайних и средней зон заготовки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Образец должен включать не менее одного полного шипа. При включении нескольких шипов расположение их в образце должно быть симметричным относительно продольной оси образца.

Качество изготовления образцов, условия кондиционирования склеенных заготовок и образцов и условия проведения испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 16483.0.

Образцы, имеющие видимые пороки древесины по ГОСТ 2140 и дефекты склеивания, испытаниям не подлежат.

2.5. Время от окончания процесса склеивания заготовок до распиливания их на образцы и испытания должно быть не менее 24 ч при склеивании с нагревом и не менее 3 сут при склеивании без нагрева (при температуре не ниже 15 °С).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Перед испытанием у каждого образца посередине длины (в зоне соединения) измеряют ширину b и толщину h с погрешностью не более 0,1 мм.

3.2. Образец устанавливают в захватах машины так, чтобы соединение было посередине и свободная от захватов часть образца имела длину (150 ± 10) мм.

3.3. Образец нагружают равномерно с постоянной скоростью нагружения или постоянной скоростью перемещения нагружающей головки машины. Скорость должна быть такой, чтобы образец разрушился через (20 ± 10) с после начала нагружения. Максимальную нагрузку P_{\max} определяют с погрешностью не более 50 Н (5 кгс).

Показания P_{\max} и характер разрушения образцов записывают в протокол (см. рекомендуемое приложение).

Результаты испытаний образцов, разрушившихся в захватах машины, не учитывают.

3.4. Непосредственно после испытания определяют влажность древесины образцов по ГОСТ 16483.7. Пробу на влажность берут вблизи излома из каждой половины образца. За контрольную величину принимают большее значение влажности одной из половин образца.

Допускается отбирать каждый второй образец от испытываемого количества, но не менее пяти.
3.2—3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности зубчатого kleевого соединения при растяжении (σ_p) в МПа (кгс/см²) вычисляют с округлением до 0,1 МПа (1 кгс/см²) по формуле

$$\sigma_p = \frac{P_{\max}}{bh},$$

где P_{\max} — максимальная разрушающая нагрузка, Н (кгс);

b — ширина образца, мм (см);

h — толщина образца, мм (см).

4.2. (Исключен, Изм. № 1).

4.3. Статистическую обработку результатов испытаний выполняют по ГОСТ 16483.0.

4.4. За результат испытания зубчатого kleевого соединения принимают среднее арифметическое значение предела прочности всех испытанных образцов, выпиленных из одного соединения.

4.5. Результаты измерений и расчетов записывают в протокол испытаний (см. приложение).

ПРОТОКОЛ
определения предела прочности зубчатого kleевого соединения
при растяжении

Дата склеивания _____

Порода древесины _____

Влажность древесины, % _____

Размеры образца, мм _____

Марка клея _____

Параметры соединения: длина шипа, мм _____

шаг соединения, мм _____

затупление шипа, мм _____

Режим склеивания: температура °С _____

относительная влажность воздуха, % _____

нанесение клея (одно- или двустороннее) _____

время открытой выдержки, мин _____

время закрытой выдержки, мин _____

давление прессования, МПа _____

время выдержки под давлением, с _____

время выдержки образцов до испытания, сут _____

скорость перемещения нагружающей головки испытательной машины, мм/мин,

или скорость нагружения, МПа/с _____

Маркировки заготовки	Маркировка образца	Размеры поперечного сечения образца, мм (см)		Максимальная разрушающая нагрузка P_{max} , Н (кгс)	Предел прочности МПа, σ_{p} , (кгс/см ²)	Влажность древесины образца W , %
		ширина	толщина			

Подпись _____

Расшифровка подписи _____

Дата испытания _____

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Минлеспромом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Т.П. Виукова, С.Н. Пластиинин, Л.М. Ковальчук, Ю.Ю. Славик

ВНЕСЕН ГОССТРОЕМ СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.03.79 № 966

3. ВЗАМЕН ГОСТ 18595-73

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166-89	1.1
ГОСТ 2140-81	2.4
ГОСТ 16483.0-89	2.4.4.3
ГОСТ 16483.7-71	1.1.3.4
ГОСТ 28840-90	1.1

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1988 г. (ИУС 4-89)

Редактор *Т.А. Леонова*
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 22.04.99. Подписано в печать 19.05.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,45.
Тираж 241 экз. С2851. Зак. 426.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102