

**ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ**

Технические условия

Steel strip for armouring cables.
Specifications

**ГОСТ
3559—75**

ОКП 12 3100

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на стальную холоднокатаную ленту, предназначенную для защиты кабелей от повреждений.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И СОРТАМЕНТ

1.1. Ленту изготавливают двух групп:

А — лента оцинкованная;

Б — лента без покрытия.

1.2. Ленту группы А в зависимости от назначения и способа оцинкования подразделяют на подгруппы:

Апл — лента, оцинкованная горячим или гальваническим способом, для изготовления плоской брони;

АпрI — лента, оцинкованная гальваническим способом, для изготовления профильной брони;
АпрII — лента, оцинкованная горячим способом, для изготовления профильной брони.

1.3. Ленту группы А в зависимости от цинкового покрытия подразделяют на два класса:

- первый класс — I;

- второй класс — 2.

1.3а. (Изменен, Изм. № 3).

1.4. Ленту группы А в зависимости от предельных отклонений по толщине и ширине подразделяют на два вида:

А — нормальной точности изготовления.

АП — повышенной точности изготовления.

Ленту группы Б в зависимости от предельных отклонений по толщине подразделяют на два вида:

РI — изготовленная способом разрезки широкой ленты (шириной до 300 мм).

РII — изготовленная способом разрезки рулонной листовой стали (шириной более 300 мм).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5. Размеры ленты и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

мм

Толщина ленты	Предельное отклонение по толщине ленты группы и видов				Ширина ленты	Предельное отклонение по ширине ленты группы и видов		
	A	АП	Б-Р1	Б-РII		A	АП	Б-Р1, Б-РII
0,10	-0,04		-0,02	—	10, 15, 20	-1,0	-0,4	-1,0
0,20	-0,07	-0,06	-0,04	-0,06	10, 15, 20, 25	-1,0	-0,4	-1,0
					30, 35	-2,0		-2,0
					40, 45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0
0,30	-0,07	-0,06	-0,05	-0,06	10, 15, 20, 25	-1,0	-0,4	-1,0
					30, 35	-2,0		-2,0
					40, 45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0
0,40	-0,11	-0,08	-0,06	-0,08	10, 15, 20, 25	-1,0	-0,4	-1,0
					30, 35	-2,0		-2,0
					40, 45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0
0,50	-0,11	-0,08	-0,07	-0,08	10, 15, 20, 25	-1,0	-0,4	-1,0
					30, 35	-2,0		-2,0
					40, 45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0
0,80	-0,16	-0,13	-0,09	-0,12	45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0
1,0	-0,20	-0,16	-0,10	-0,14	45	-3,0	-0,5	-3,0
					50, 55, 60	-4,0		-4,0

Примечание. Допускается изготавливать ленту толщиной 0,5 мм на станах 1680 и 1700 с предельными отклонениями по толщине $+0,06$ мм для ленты группы А и $-0,05$ мм для ленты группы БРII.

Примеры условных обозначений:

Лента, оцинкованная гальваническим способом, для изготовления профильной брони, 2-го класса, толщиной 0,50 мм, шириной 10 мм нормальной точности изготовления:

Лента Апр 1—2—0,5×10 ГОСТ 3559—75

То же, повышенной точности изготовления:

Лента АПпр 1—2—0,5×10 ГОСТ 3559—75.

Лента без покрытия, изготовленная способом разрезки рулонной стали, толщиной 0,8 мм, шириной 50 мм:

Лента Б—РII—0,8×50 ГОСТ 3559—75.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

1.6. По требованию потребителя лента группы Б всех толщин должна изготавляться шириной 260 мм с предельным отклонением по ширине ± 2 мм.

По требованию потребителя лента группы Б должна изготавляться размером 0,30×321 мм с предельным отклонением по толщине минус 0,08 мм и с предельным отклонением по ширине ± 2 мм.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лента должна изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Ленту изготавливают из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 380, ГОСТ 16523 и другой нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.2. Поверхность ленты группы А должна быть покрыта сплошным слоем цинка. Отслаивание и растрескивание цинкового покрытия не допускаются. Допускаются царапины, белый налет и черные пятна на поверхности оцинкованной ленты, местные наплывы цинка на ленте подгруппы Апл и наплывы цинка величиной не более предельного отклонения по толщине ленты, считая от фактического размера, на ленте подгруппы АпрI, если цинковое покрытие на данном участке удовлетворяет требованиям пп. 2.5 и 2.6.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. На поверхности ленты группы Б не допускаются трещины, рванины, окатины, ржавчина. Не допускаются единичные раковины, вмятины, бугорки, царапины, риски, рабица, если их глубина превышает 30 % предельного отклонения по толщине. Допускается наличие на ленте цветов побежалости и налета несыпающейся окалины на темноотожженной ленте.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.4. На кромках ленты не должно быть зазубрин, заусенцев и завалов величиной более предельного отклонения по толщине ленты.

2.5. Цинковое покрытие должно быть прочным и выдерживать испытание на изгиб:

- на угол 180° вокруг оправки, равной четырехкратной толщине ленты ($d=4a$), без последующего разгиба — на ленте подгруппы Апл;
- в профилирующих роликах с последующим навиванием не менее трех витков на оправку диаметром 20 мм — на ленте подгрупп АпрI и АпрII.

2.4, 2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.6. Поверхностная плотность цинкового покрытия, нанесенного с двух сторон на поверхность ленты, должна быть в г/м², не менее:

200 — для 1-го класса;

100 — для 2-го класса.

2.7. Механические свойства ленты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Группа и подгруппа ленты	Временное сопротивление σ_w , Н/мм ² (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ_a , %, не менее
Апл Б	Не менее 280 (28)	20
АпрI	280—400 (28—40)	23
АпрII		20

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8. Ленту изготавливают в рулонах внутренним диаметром 175—205 мм. По требованию потребителя допускается изготовление ленты с внутренним диаметром рулона не более 300 мм. Намотка ленты в рулоне должна быть плотной.

2.9. Ленту подгруппы АпрI допускается изготавливать в мотках внутренним диаметром и шириной не более 200 мм. Масса мотка не должна превышать 150 кг. По требованию потребителя допускается изготовление мотков массой до 300 кг.

2.10. Рулон (моток) должен состоять из одного отрезка, в котором допускается не более трех сварок внахлестку, не снижающих прочности ленты. Толщина ленты в месте сварки не должна превышать 2,5 толщины ленты. Допускаемая величина нахлеста ленты в месте сварки должна быть в мм, не более:

15 — для ленты шириной 10 мм;

25 — для ленты шириной 15—55 мм;

35 — для ленты шириной 60 мм.

По требованию потребителя лента подгрупп АпрI, АпрII должна изготавляться в рулонах (мотках), состоящих из одного отрезка без сварки.

2.8—2.10. **(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).**

2.11. Наружные диаметры рулона должны соответствовать указанным в табл. 3.

Допускается в партии 10 % рулона наружным диаметром не менее 400 мм.

По требованию потребителя ленту шириной 30 мм и более изготавливают в рулонах с наружным диаметром не более 1000 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

Таблица 3

		мм
Толщина ленты	Наружный диаметр рулона	
0,1—0,3	550—650	
0,4—1,0	700—750	

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Ленту принимают партиями. Партия должна состоять из ленты одного размера, одной группы и подгруппы, одного вида и класса, одной плавки, одного режима термообработки и сопровождаться документом о качестве, содержащем:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ленты;
- результаты испытаний;
- массу брутто партии;
- массу нетто партии;
- номер партии;
- число грузовых мест;
- обозначение стандарта на металл.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2. Для проверки внешнего вида и размеров отбирают 2 % рулона (мотков) от партии ленты.

3.3. Для проверки временного сопротивления и относительного удлинения от партии отбирают 2 % рулона (мотков), но не менее двух рулона (мотков).

3.4. Для проверки прочности и массы цинкового покрытия от партии отбирают 10 % рулона (мотков), но не менее трех рулона (мотков).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Толщину ленты, величину дефектов на поверхности и кромках измеряют при помощи микрометра (ГОСТ 6507). Толщину ленты измеряют на расстоянии не менее 3 мм от кромки.

Ширину ленты измеряют при помощи штангенциркуля (ГОСТ 166).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.2. Качество поверхности и кромок ленты проверяют на втором-пятом витке рулона (мотка) без применения увеличительных приборов.

4.3. Испытание на изгиб на угол 180° вокруг оправки проводят по ГОСТ 14019.

Для испытаний на изгиб отбирают по одному образцу шириной 20 мм от каждого рулона (мотка), взятого для испытаний. Допускается проводить испытание на образцах шириной, равной ширине ленты.

Испытание на изгиб в профилирующих роликах проводят по методу, приведенному в приложении.

4.4. Для контроля цинкового покрытия отбирают по одному образцу от рулона (мотка), взятого для испытаний. Поверхностную плотность цинкового покрытия на ленте определяют весовым или объемно-газометрическим методом. Весовой метод применяют для особо точных определений и в случае возникновения разногласий в оценке качества ленты. Длина образца ленты для определения поверхностной плотности цинкового покрытия должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

Таблица 4

		мм
Ширина ленты	Длина образца, не менее	
10, 15, 20, 25	100	
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	50	

4.4.1. Весовой метод

Поверхностную плотность цинка на поверхности ленты определяют путем растворения покрытия с образцов ленты в растворе ингибиционной серной кислоты состава, указанного в п. 4.4.2.

С. 5 ГОСТ 3559—75

Испытание проводят в следующем порядке:

- образцы оцинкованной ленты обезжирают в спирте, бензole или бензине и протирают чистой тканью;
- взвешивают образцы;
- растворяют цинковое покрытие;
- промывают образцы в дистиллированной воде;
- протирают чистой тканью до удаления влаги и снова взвешивают;
- вычисляют среднюю плотность цинкового покрытия (M) в $\text{г}/\text{м}^2$ с двух сторон ленты по формуле

$$M = 10^6 \frac{m_1 - m_2}{b \cdot l},$$

где m_1 — масса образца ленты до снятия покрытия, г;

m_2 — масса образца ленты после снятия покрытия, г;

b — ширина образца ленты, мм;

l — длина образца ленты, мм.

Величины m_1 и m_2 вычисляют с погрешностью до 0,001 г, величины b и l — до 0,1 мм, величину средней плотности цинкового покрытия — до 0,1 $\text{г}/\text{м}^2$.

4.4.2. Объемно-газометрический метод

Снятие цинкового покрытия производят в приборе, состоящем из резервуара и соединенной с ним резиновым шлангом стеклянной бюретки с двумя кранами, при полном погружении образцов в раствор при температуре окружающей среды до прекращения газовыделения.

Испытание проводят в следующем порядке:

- отбирают образцы ленты и измеряют установленную для испытания длину в соответствии с требованиями табл. 4;
- обезжирают образцы ленты в спирте, бензole или бензине и протирают чистой тканью;
- растворяют цинковое покрытие, полностью улавливают выделившийся при этом водород;
- измеряют объем выделившегося водорода и приводят к нормальным условиям (давление 101 кПа (760 мм рт. ст.), температура 0 °C), используя таблицы поправочных коэффициентов;
- среднюю плотность цинкового покрытия (M) в $\text{г}/\text{м}^2$ с двух сторон ленты вычисляют по формуле

$$M = 2920 \frac{V_0}{b \cdot l},$$

где V_0 — объем водорода при нормальных условиях, см^3 ;

b — ширина образца ленты, мм;

l — длина образца, мм.

Растворение цинка производят в водном растворе смеси кислот:

- серной по ГОСТ 4204 — 100 $\text{г}/\text{дм}^3$;

- соляной по ГОСТ 3118 — 34 $\text{г}/\text{дм}^3$

или в растворе ингибионированной серной кислоты, приготовленном следующим образом: 2 г оксида сурьмы (Sb_2O_3) или оксида мышьяка (As_2O_3) растворяют в 60 мл соляной кислоты по ГОСТ 3118 плотностью 1,19 $\text{г}/\text{см}^3$ и доливают до 1 дм^3 серной кислоты по ГОСТ 4204 концентрацией 80 $\text{г}/\text{дм}^3$. Раствор заменяют по мере его истощения.

4.3—4.4.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

4.5. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 11701 на образцах, вырезанных вдоль направления прокатки.

Для испытаний на растяжение отбирают по одному образцу от каждого рулона, взятого для испытаний.

Лента шириной 20 мм и менее испытывается на образцах шириной, равной ширине ленты. Из ленты шириной более 20 мм вырезают образцы шириной 20 мм.

Расчетная длина образца ленты в мм:

50 — при ширине 10 мм;

60 » » 15 мм;

80 » » 20 мм.

Кромки ленты перед испытанием должны быть тщательно зашлифованы.

4.6. Допускается применять статистические и неразрушающие методы контроля, согласованные изготовителем с потребителем.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждый рулон (моток) должен быть перевязан не менее чем в трех местах мягкой металлической лентой или проволокой по ГОСТ 3560, ГОСТ 3282 или другой нормативно-технической документации.

Допускаются другие способы крепления витков ленты в рулонах (мотках), обеспечивающие сохранность рулонов (мотков) при транспортировании.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Лента группы Б должна быть покрыта тонким слоем ингибиционной смазки, предохраняющей ленту от коррозии.

Типы смазок: смесь ЖКБ и индустриального масла И-12А или И-20А по ГОСТ 20799 в соотношении 1:3, смесь нефтегаз НГ203А по ОСТ 38.01436 и веретенного масла по ГОСТ 20799 в соотношении 1:3, смазка К-17 по ГОСТ 10877.

По требованию потребителя лента должна быть покрыта смазкой НГ 216 или другими типами смазок по нормативно-технической документации или выпускается без покрытия смазкой.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.3. Лента должна быть упакована одним из следующих способов.

5.3.1. Рулоны (мотки) укладываются на деревянные поддоны в стопу (пакет) массой до 1 т или на металлические поддоны в стопу (пакет) массой до 1,25 т. Стопу (пакет) обертывают слоем бумаги, затем слоем ткани и прикрепляют к поддону, изготовленному по нормативно-технической документации, не менее чем четырьмя металлическими лентами (черт. 1) по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации. Допускается обертывание стопы (пакета) оцинкованной ленты только двухслойной упаковочной бумагой, без обертывания тканью.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5.3.2. Рулоны укладываются в стопу (пакет) массой до 5,0 т. Стопу (пакет) обертывают слоем бумаги, затем металлическим листом и прочно закрепляют не менее чем двумя поперечными и одной продольной металлическими полосами из ленты по ГОСТ 3560 или другой нормативно-технической документации (черт. 2). Допускается наклон рулонов ленты от вертикального положения на 10—15°.

По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие способы упаковки.

5.3.3. В качестве упаковочных материалов применяются:

- бумага парафинированная по ГОСТ 9569;
- бумага двухслойная упаковочная по ГОСТ 8828;
- тарное холстопрошивное полотно по нормативно-технической документации;
- другие виды упаковочных материалов по нормативно-технической документации, за исключением хлопчатобумажных и льняных тканей, а также сшивной лоскут из отходов текстильной промышленности.

5.3.2, 5.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

5.3а. Лента, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывается в соответствии с требованиями настоящего стандарта.


(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5.4. К каждому грузовому месту должен быть прикреплен ярлык, содержащий:

- товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение ленты;
- номер партии;
- обозначение стандарта на металл;
- штамп технического контроля.


Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

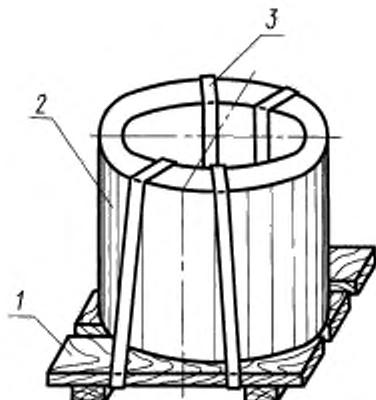

1 — деревянный поддон; 2 — стена ленты, завернутая в водонепроницаемую бумагу, затем в ткань; 3 — металлические ленты

Черт. 1

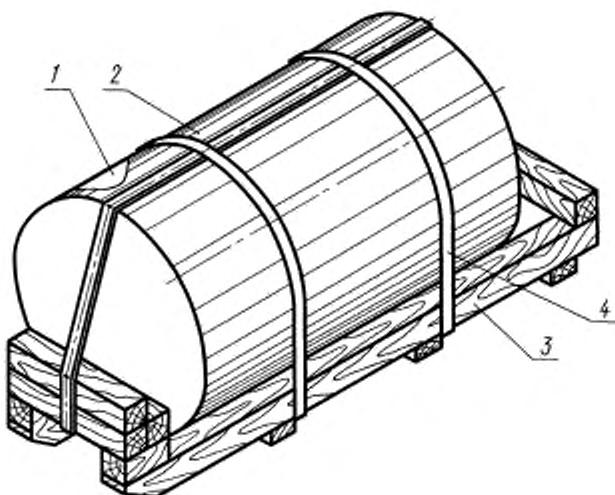

1 — бумага водонепроницаемая; 2 — металлический лист; 3 — деревянный поддон; 4 — металлические ленты

Черт. 2

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ленты требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения в течение 6 мес с момента изготовления, за исключением механических свойств ленты группы Б и ленты группы А, оцинкованных гальваническим способом, изготовленных из кипящих и полуспокойных марок стали.

Разд. 6. (Введен дополнительно, Изм. № 3).

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ ОЦИНКОВАННОЙ ЛЕНТЫ НА ИЗГИБ В ПРОФИЛИРУЮЩИХ РОЛИКАХ

Испытанию на изгиб в профилирующих роликах подвергается оцинкованная лента, предназначенная для изготовления профильной брони электротехнических кабелей (лента подгруппы АпрI и АпрII).

Проведение технологического испытания ленты на изгиб в профилирующих роликах предназначено для проверки прочности цинкового покрытия, то есть его способности выдерживать заданную пластическую деформацию.

Испытания проводятся на образцах длиной 200—250 мм, отобранных от рулона (мотка) ленты в состоянии поставки, согласно п. 3.4 настоящего стандарта.

1. Приспособление для испытания

1.1. Испытание на изгиб проводится на специальном приспособлении конструкции ВНИИметиза. Схема проведения испытания приведена на черт. 1.

1.2. Схема конструкции приспособления для испытания оцинкованной ленты на изгиб в профилирующих роликах приведена на черт. 2.

1.3. Ролики для профилирования должны быть сменными.

1.4. Ширина рабочей части верхнего профилирующего ролика и ширина канавки нижнего профилирующего ролика должна соответствовать ширине испытуемого образца ленты.

1.5. Профиль рабочей поверхности роликов должен соответствовать приведенному на черт. 2.

Диаметр рабочей поверхности профилирующих роликов 63 мм верхнего и 60 мм нижнего.

1.6. Приспособление укомплектовывается парными наборами профилирующих роликов, обеспечивающими возможность проведения испытания на изгиб ленты для профильной брони всех размеров, предусмотренных сортаментом ГОСТ 3559.

2. Порядок проведения испытания

2.1. Для проведения испытания образец ленты закладывается между двумя профилирующими роликами, один конец которого заправляется в прорезь тянувшей оправки диаметром 20 мм.


2.2. Верхний профилирующий ролик, закрепленный в верхнем подвижном ползуне, поворотом рукоятки с кулаком опускается на образец и прижимает его к нижнему профилирующему ролику.

2.3. Поворотом рабочей рукоятки образец ленты протягивается между профилирующими роликами, получается заданный профиль и навивается на оправку.

2.4. Образец ленты снимается с оправки и подвергается визуальному осмотру.


2.5. Лента считается выдержавшей испытание, если на поверхности и кромках испытуемого образца отсутствуют отслоение и растрескивание цинкового покрытия.

Допускается отслоение напльзов цинкового покрытия при условии сохранения сплошности основного покрытия.

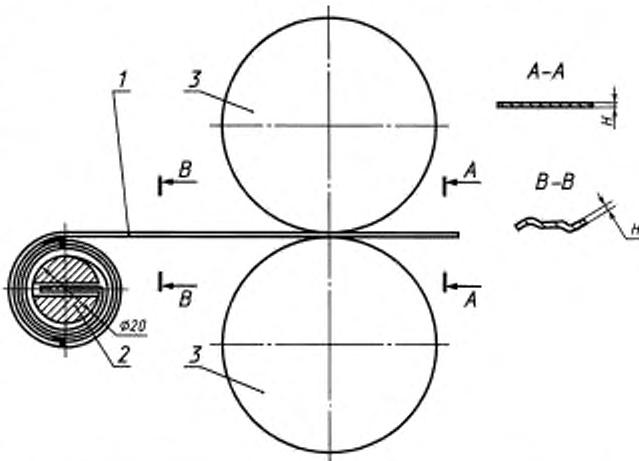

1 — образец после испытания; 2 — тяущая оправка; 3 — сменные профилирующие ролики, H — толщина ленты

Черт. 1.

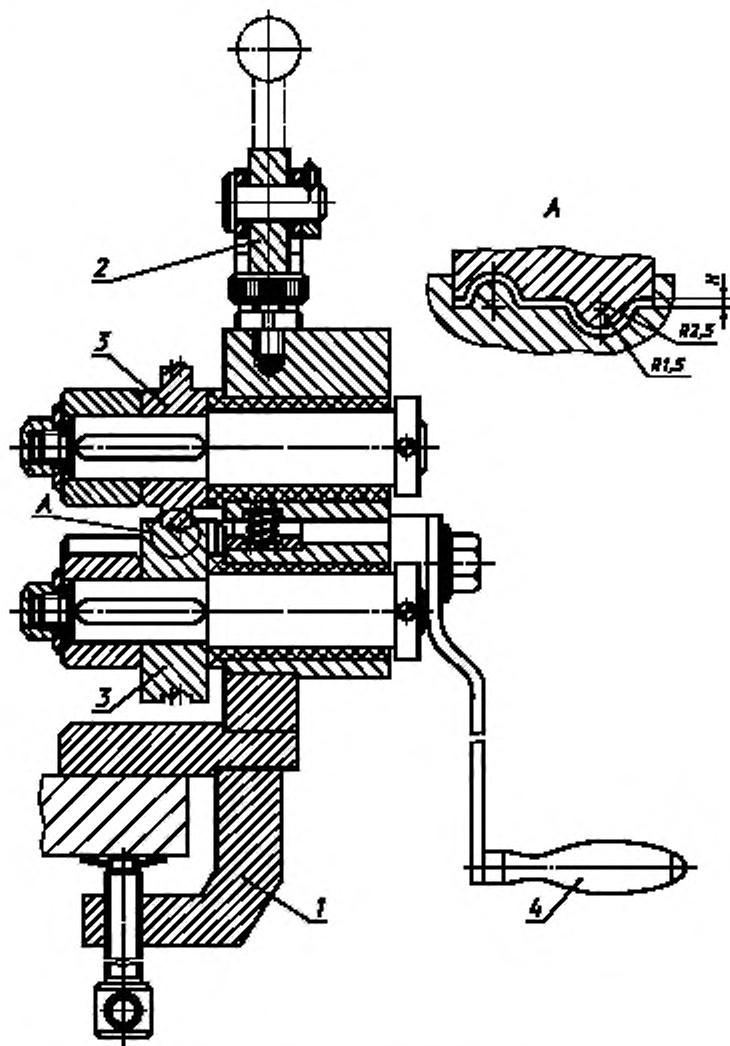

1 — корпус; 2 — кулачок с рукояткой для перемещения верхнего ролика; 3 — сменные ролики (верхний и нижний профилирующие); 4 — рабочая рукоятка

Черт. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgии СССР**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.12.75 № 3926**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 3559—63**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 166—89	4.1	ГОСТ 9569—79	5.3.3
ГОСТ 380—94	2.1	ГОСТ 10877—76	5.2
ГОСТ 1050—88	2.1	ГОСТ 11701—84	4.5
ГОСТ 3118—77	4.4.2	ГОСТ 14019—80	4.3
ГОСТ 3282—74	5.1	ГОСТ 14192—96	5.4
ГОСТ 3560—73	5.1, 5.3.1, 5.3.2	ГОСТ 16523—97	2.1
ГОСТ 4204—77	4.4.2	ГОСТ 20799—88	5.2
ГОСТ 6507—90	4.1	ОСТ 38.01436—87	5.2
ГОСТ 8828—89	5.3.3		

- 5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**
- 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1981 г., феврале 1983 г., ноябре 1986 г., мае 1990 г. (ИУС 1—82, 5—83, 2—87, 8—90)**