

ГОСТ 19806—74

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

НИТИ ХИМИЧЕСКИЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Издание официальное

Б3 6-99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**НИТИ ХИМИЧЕСКИЕ****Метод определения электрического сопротивления****ГОСТ
19806—74**

Chemical threads.

Method of electric resistance determination

ОКСТУ 2270

Дата введения 01.01.76

Настоящий стандарт распространяется на химические нити и устанавливает метод определения электрического сопротивления.

Стандарт не распространяется на нити химические с номинальной линейной плотностью выше 29,4 текс.

(Измененная редакция, Изм. №3).


1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Для определения электрического сопротивления используют 10 единиц продукции, отобранных для физико-механических испытаний по ГОСТ 6611.0.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытаний применяют:
 прибор типа ИЭСН-1, схема которого изображена на чертеже или ИЭСН-2 по ТУ 17-01-1547;
 мотовило;
 тензиометр типа 583П;
 ножницы;
 секундомер.

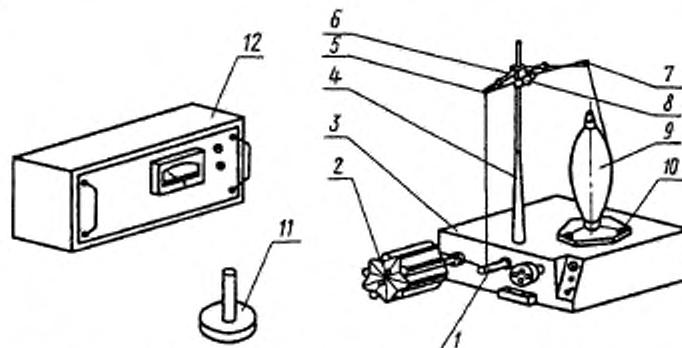

1 — нитекладчик; 2 — датчик; 3 — механизм намотки; 4 — штанга; 5 — направляющий глазок; 6 — коромысло;
 7 — направляющий глазок; 8 — интенсификатор; 9 — единица продукции; 10 — паководержатель; 11 — подставка;
 12 — терасометр

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- 3.1. Единицы продукции перед испытанием должны быть выдержаны в климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч. В этих же условиях должны проводиться испытания.
 (Измененная редакция, Изм. № 2).
- 3.2. Нитепроводящую гарнитуру протирают тампоном, смоченным этиловым спиртом, и проверяют сопротивление датчика. Сопротивление датчика должно не менее чем на порядок превышать сопротивление нити.
- 3.3. С каждой единицы продукции отматывают на мотовиле верхний слой намотки — 150—200 м нити.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Единицу продукции закрепляют в держателе механизма намотки. Коромысло устанавливают на штанге над единицей продукции на расстоянии, примерно равном половине высоты единицы продукции. Нить проводят через направляющий глазок, нитенатяжитель, направляющий глазок, нитеукладчик и направляют на датчик.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.2. Натяжение нити в зависимости от ее номинальной линейной плотности устанавливают в соответствии с таблицей.

Натяжение нити измеряют тензиометром, который устанавливают между направляющим глазком и нитеукладчиком. Регулировку натяжения нити осуществляют шайбовым или магнитным нитенатяжителем.

После установления натяжения прикасаться руками к испытываемой нити не допускается.

Номинальная линейная плотность, текс	Натяжение, мН
29,4—16,6	196
15,6—13,3	176,4
12,5—8,4	147
8,0—3,3	117,6
2,5—1,67	98
Менее 1,67	49

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

4.3. При испытании на приборе ИЭСН-1 нить наматывают на датчик в один слой. Затем устанавливают две верхние диаметрально противоположные контактные группы электродов для фиксации нити. После этого конец нити обрезают.

Датчик с намотанной на него нитью устанавливают на подставке из диэлектрика и подключают к тераометру.

Регистрацию показаний осуществляют спустя 1 мин после подачи напряжения на единицу продукции.

4.4. При испытании на приборе ИЭСН-2 намотка нити на барабанчик и его останов осущест-вляются автоматически. Измерения проводят при закрытой дверце камеры.

4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).

4.5. На каждой единице продукции проводят три измерения.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Среднее арифметическое результатов испытаний электрического сопротивления определяют по результатам испытаний всех единиц продукции. Если среди результатов есть величины с разными показателями степени, то все показатели приводятся к одной степени.

С. 3 ГОСТ 19806—74

5.2. Электрическое сопротивление нити длиной 1 см ($R_{1\text{cm}}$) в омах вычисляют по формуле

$$R_{1\text{cm}} = R_{\text{изм}} \cdot n_1 \cdot n_2,$$

где $R_{\text{изм}}$ — среднее арифметическое результатов измерений всех единиц измерения, Ом;

n_1 — число контактных групп в датчике;

n_2 — число витков на датчике.

Вычисления проводят с погрешностью не более 0,1 Ом и округляют до 1,0 Ом.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Удельное поверхностное электрическое сопротивление нити ($R_{y\text{dS}}$) в омах вычисляют по формуле

$$R_{y\text{dS}} = \frac{0,01 \cdot R_{1\text{cm}}}{l} \sqrt{\frac{nT}{\rho}},$$

где l — длина нити, равная расстоянию между электродами (1 см);

n — число элементарных нитей в комплексной нити;

T — номинальная линейная плотность нити, текс;

ρ — плотность нити, г/см³.

Вычисления проводят с погрешностью не более 0,01 Ом и округляют до 0,1 Ом.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ

Ю.Т. Ташулатов, В.И. Смирнова, Н.Ф. Юнусова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.05.74 №1226

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 6611.0—73	1.1
ГОСТ 10681—75	3.1
ТУ 17—01—1547—86	2.1

4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

5. ИЗДАНИЕ (апрель 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г., феврале 1985 г., марта 1990 г. (ИУС 6—81, 5—85, 5—90)

Редактор М.И. Максимова
Технический редактор Л.А. Кузнецова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная верстка Е.Н. Мартемьяновой

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.04.2000. Подписано в печать 16.05.2000. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 96 экз. С 5106. Зак. 434.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — титл. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Птр № 080102