



9333

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КИРЗА ОБУВНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9333—70

Издание официальное



КИРЗА ОБУВНАЯ

Технические условия

“Kirza” for foot-wear.
Specifications

ГОСТ
9333-70*

Взамен
ГОСТ 9333-60

ОКП 87 1241

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 21 апреля 1970 г. № 541 срок введения установлен
с 01.01.71

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 12.08.83 № 3744
срок действия продлен до 01.01.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу — обувную кирзу, представляющую собой тканевую основу — трехслойную кирзу, пропитанную дисперсиями синтетического каучука в смеси с соответствующими материалами.

Кирзу применяют для изготовления голенищ сапог.

1. ВИДЫ

1.1. В зависимости от применяемых для пропитки материалов обувную кирзу изготавливают двух видов:

А (акринит) — искусственная кожа, получаемая методом пропитки тканевой основы латексами в смеси с соответствующими материалами и полиметилакриловой отделкой, изготавляемая по Государственному заказу и вырабатываемая по методике, согласованной с организациями-потребителями;

Б (бензоводная) — искусственная кожа, получаемая методом пропитки тканевой основы бензоводной дисперсией каучука в смеси с соответствующими материалами.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для изготовления обувной кирзы в качестве тканевой основы должна применяться суровая трехслойная кирза первого и

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание февраль 1984 г. с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в ноябре 1973 г., июле 1979 г., августе 1981 г., августе 1983 г.
(ИУС 12-73, 9-79, 11-81, 11-83).

второго сортов по ГОСТ 2291-77 и кирза трехслойная хлопко-полиэфирная по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.2. Обувная кирза должна быть равномерной по толщине. Лицевая сторона должна быть чистой, без налетов, с отчетливым рисунком тиснения и равномерной окраской по всей поверхности.

Рисунок тиснения и окраска должны соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Кирза по физико-механическим показателям должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

| Наименование показателей | Нормы для рулонов кирзы вида | | Методы испытаний |
|--|---|--------------------------------|--|
| | A | B | |
| 1. Толщина в мм | 1,3-1,6 | 1,3-1,6 | По п. 3.7 настоящего стандарта |
| 2. Ширина в см | 84±1,5; 85±1,5; 86±1,5; 88,5±1,5 | 84±1,5; 86±1,5; 88,5±1,5 | По ГОСТ 17073-71 |
| 3. Масса 1 м ² в г, не менее | 1000 | 1020 | По ГОСТ 17073-71 |
| 4. Разрывная нагрузка полоски кирзы размером 20×100 мм, в кгс, не менее: | | | По ГОСТ 17316-71 и п. 3.8 настоящего стандарта |
| по основе | 120 | 120 | |
| по утку | .80 | 80 | |
| 5. Удлинение при разрыве в %, не менее: | | | По ГОСТ 17316-71 и п. 3.8 настоящего стандарта |
| по основе | 13 | 13 | |
| по утку | 18 | 17 | |
| 6. Паропроницаемость в изотермических условиях, мг/см ² ·ч, не менее | 1,0 | 1,0 | По ГОСТ 22900-78 |
| 7. Водопроницаемость в см ³ /см ² ·ч, не более | 1,0 | 1,5 | По ГОСТ 22944-78 |
| 8. Усадка после двухчасового намокания и последующего высушивания в %, не более: | | | По ГОСТ 8972-78 |
| по основе | 4,5 | 3,0 | |
| по утку | 0,5 | 0,5 | |
| 9. Истираемость, в г/кВт·ч, не более | 550 | 600 | По ГОСТ 8975-75 |
| 10. Стойкость (жесткость) в Г., не менее | 50 | 55 | По ГОСТ 8977-74 и п. 3.10 настоящего стандарта |
| не более | 90 | 120 | |
| 11. Намокаемость после 2 ч в %, не более | 55 | — | По ГОСТ 8972-78 |

Приложения:

- Показатель «Водопроницаемость» определяют периодически не реже одного раза в неделю.
- Показатель «Усадка после двухчасового намокания и последующего высушивания» определяют периодически не реже одного раза в месяц.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.4. Кирзу, соответствующую требованиям настоящего стандарта, подразделяют на первый и второй сорта.

К первому сорту относят кирзу без пороков на лицевой стороне.

Ко второму сорту относят кирзу, на 1 м которой допускается не более двух из перечисленных ниже пороков:

шероховатость — не более двух мест, площадью не более 5 см² каждое;

поверхностные царапины — не более двух мест, длиной не более 10 см каждое;

разнооттеночность — не более двух мест, площадью не более 5 см² каждое (по эталону);

неравномерное тиснение рисунка (по эталону).

2.5. В кирзе второго сорта допускается дефектный край на расстоянии не более 2 см от кромки ткани.

2.6. Наличие ткацких пороков в пределах, предусмотренных ГОСТ 2291-77 на трехслойную кирзу первого и второго сортов и нормативно-технической документацией на трехслойную хлопко-полиэфирную кирзу, сортность обувной кирзы не снижает.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.7. Обувную кирзу одного вида и сорта наматывают лицевой стороной внутрь в рулоны длиной 20—30 м. В каждом рулоне допускается не более трех отрезов кирзы одной ширины или условных вырезов. Длина наименьшего отреза должна быть не менее 5 м. Отрезы маркируют с обоих концов.

Отрезы кирзы от 0,5 до 5 м маркируют и упаковывают в отдельные рулоны и сдают в количестве не более 5% от партии.

По согласованию с потребителем допускается дефектную часть не вырезать, а ставить в начале и конце этой части клеймо с обозначением «Вырез».

2.8. По внешнему виду кирза вида А должна соответствовать образцам — эталонам, согласованным с заказчиком, а кирза вида Б — образцам по ГОСТ 15.007—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2а.1. Правила приемки — по ГОСТ 25451—82.

(Введен дополнительно Изм. № 4).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1.—3.3. (Исключены, Изм. № 4).

3.4. От каждого отобранных рулонов вырезают пробу без внешних дефектов длиной 0,35 м во всю ширину.

3.5. (Исключен, Изм. № 4).

3.6. Подготовка образцов к испытанию — по ГОСТ 17316-71, разд. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.7. Толщину кирзы измеряют толщиномером типа ТН 10-60 с опорной площадкой диаметром 10 мм по ГОСТ 11358-74 или типа ТР 10-60 с опорной площадкой диаметром 16 мм по ГОСТ 11358-74 с измерительным усилием 80—200 г. Толщину измеряют с погрешностью не более до 0,01 мм и округляют до 0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.8. Для определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве испытывают по три основных и уточных образца размером рабочего участка 20×100 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.9. При определении истираемости испытания проводят на 1000 оборотах.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.10. Для определения стойкости (жесткости) испытывают два образца размером $(160 \pm 0,25)$ мм по основе и $(20 \pm 0,25)$ мм по утку.

Масса применяемых шариков должна быть 0,88 г.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 24957-81 со следующим дополнением: рулоны кирзы наматывают лицевой стороной внутрь без применения втулок и стержней. Рулоны обвязывают без применения упаковочных материалов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.2.—4.3. (Исключены, Изм. № 4).

4.4. (Исключен, Изм. № 1).

4.5.—4.6. (Исключены, Изм. № 4).

4.7. При производстве, хранении кирзы и изготовлении изделий из нее должна быть исключена возможность выделения из кирзы вредных веществ, горения, самовозгорания и разложения ее.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.8. (Исключен, Изм. № 4).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


5.1. Изготовитель гарантирует соответствие обувной кирзы требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения — 1 год с момента изготовления.

Разд. 5. (Введен дополнительно, Изм. № 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИБОР ФЕДОРОВА

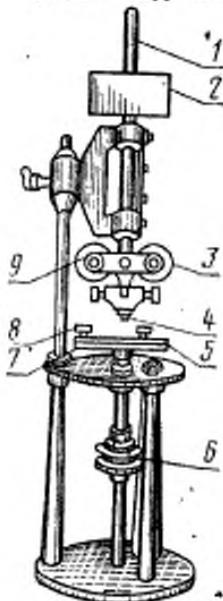

1—шток; 2—груз; 3, 9—ка-
тушки для закрепления
шлифовальной / шкурки на
наждачном полотне; 4—ис-
тирател; 5—металлическое
кольцо для закрепления об-
разца; 6—ступенчатый шкив;
7—площадка для закрепле-
ния образца; 8—книны

Редактор *Т. П. Шашкина*
Технический редактор *Э. В. Матяй*
Корректор *Г. И. Чудко*

Сдано в наб. 06.06.84 Подп. 8 печ. 19 10.84 0,5 п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,33 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугас, 12/14, Зак. 3219