

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
57135—  
2016  
(ISO 4552-1:1987)

## ФЕРРОСПЛАВЫ

**Методы отбора и подготовки проб  
для количественного химического анализа**

Часть 1

**Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций,  
ферросиликомарганец, ферромарганец**

(ISO 4552-1:1987,  
Ferroalloys — Sampling and sample preparation for chemical analysis —  
Part 1: Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese,  
ferromanganese, MOD)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2016

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 008 «Ферросплавы» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4, который выполнен ОАО НИИМ, ТК 008 «Ферросплавы»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 008 «Ферросплавы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2016 г. № 1354-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 4552-1:1987 «Ферросплавы. Отбор и подготовка проб для химического анализа. Часть 1. Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец» (ISO 4552-1:1987 «Ferroalloys — Sampling and sample preparation for chemical analysis — Part 1: Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese», MOD) путем изменения отдельных фраз, слов, которые носят уточняющий и корректирующий характер и выделены в тексте курсивом, а также путем включения дополнительных положений, учитывающих потребности национальной экономики и опыт использования действующих стандартов, которые выделены рамками из тонких линий.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2001 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ

## 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))

© Стандартинформ, 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Термины и определения .....	2
4 Общие положения .....	2
4.1 Определения, общие требования к отбору и подготовке проб, инструменты и оборудование .....	2
4.2 Показатели качества для установления погрешности .....	2
4.3 Исходные данные для расчетов .....	2
5 Общая погрешность контроля качества поставки/партии .....	2
6 Отбор проб .....	3
6.1 Масса точечной пробы .....	3
6.2 Количество точечных проб и погрешность отбора проб .....	4
6.3 Метод отбора точечных проб .....	5
6.4 Объединенная пробы .....	6
7 Подготовка проб .....	6
7.1 Погрешность подготовки .....	6
7.2 Подготовка проб .....	6
7.3 Дробление и перемешивание .....	7
8 Лабораторная пробы .....	7
Приложение А (обязательное) Основные данные для расчета параметров опробования .....	9
Приложение ДА (справочное) Основные параметры методики отбора и подготовки проб партий по ИСО 4552-1 .....	11
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте .....	14
Библиография .....	15

## Введение

В настоящем стандарте пересчитаны нормы точности контроля показателей качества с учетом новых данных по точности методик количественного химического анализа по ГОСТ Р 54569, см. таблицу А.2. Добавлена таблица 26 (раздел 5), учитывающая, что количества значащих цифр в общей погрешности контроля не должно превышать количество значащих цифр во всех составляющих этой погрешности (отбора, подготовки и метода анализа), в частности, погрешности методик количественного химического анализа по ГОСТ Р 54569 всех контролируемых элементов имеют один знак после запятой. В таблице 26 все значения общей погрешности контроля округлены до одного знака после запятой и приведены другие значения количества точечных проб, данные других таблиц остались без изменений. Использование таблиц 2 или 26 обеспечивает одинаковую точность результата контроля.

Добавлен раздел «Термины и определения» с учетом введения ГОСТ Р 50724.2—94 (ИСО 8954-2—90) «Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Термины и определения».

В справочном приложении ДА приведены нормативы и нормы точности методики отбора, подготовки и анализа проб по ИСО 4552-1.

Международный стандарт ИСО 4552-1 был разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 132 «Ферросплавы».

Потребителям следует отметить, что все международные стандарты подвергаются время от времени, пересмотру и, в связи с этим, ссылки следует делать на последние утвержденные издания международных стандартов.

## ФЕРРОСПЛАВЫ

### Методы отбора и подготовки проб для количественного химического анализа

#### Часть 1

#### Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, ферросиликомарганец, ферромарганец

Ferroalloys. Methods of sampling and sample preparation for quantitative chemical analysis.  
Part 1. Ferrochromium, ferrosilicochromium, ferrosilicon, ferrosilicomanganese, ferromanganese

Дата введения — 2017—08—01

#### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы отбора и подготовки проб для контроля величины показателей качества<sup>1)</sup> поставок феррохрома, ферросиликохрома, ферросилиция, ферросиликомарганца, ферромарганца и феррохрома азотированного в брикетах.

П р и м е ч а н и е — При отборе и подготовке проб феррохром делят на труднодробимый и легкодробимый. К труднодробимому относятся низкоуглеродистый, часть среднеуглеродистого феррохрома и феррохром азотированный в брикетах; к легкодробимому — часть среднеуглеродистого и высокоуглеродистый феррохром.

#### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3306—88 Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия

ГОСТ 17260—2009 (ИСО 3713:1987) Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб

ГОСТ 28782—90 (ИСО 7373—87) Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля точности сокращения проб

ГОСТ Р 50065—92 (ИСО 7087—84) Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности пробоотбора

ГОСТ Р 50724.1—94 (ИСО 8954-2—90) Ферросплавы. Материалы. Термины и определения

ГОСТ Р 50724.2—94 (ИСО 8954-1—90) Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Термины и определения

ГОСТ Р 54569—2011 Чугун, сталь, ферросплавы, хром и марганец металлические. Нормы точности количественного химического анализа

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

<sup>1)</sup> Данный стандарт можно использовать только для контроля содержания элементов сплава, отнесенных к показателям качества по таблице 1. Методы контроля содержания остальных элементов сплава должны быть согласованы между поставщиком и потребителем.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 50724.1, ГОСТ Р 50724.2.

### 4 Общие положения

#### 4.1 Определения, общие требования к отбору и подготовке проб, инструменты и оборудование

См. ГОСТ 17260.

#### 4.2 Показатели качества для установления погрешности

Общую погрешность  $\beta_{\text{общ}}$  контроля качества партии/поставки (далее по тексту партии), погрешность отбора проб  $\beta_{\text{от}}$ , погрешность подготовки проб  $\beta_{\text{п}}$  и погрешность метода анализа  $\beta_{\text{м}}$  с доверительной вероятностью 0,95 устанавливают по показателям качества, указанным в таблице 1.

Таблица 1 — Показатели качества для установления погрешности

Ферросплав	Показатели качества
Феррохром	Содержание хрома
Ферросиликохром	Содержание хрома и кремния
Ферросилиций	Содержание кремния
Ферросиликомарганец	Содержание кремния и марганца
Ферромарганец	Содержание марганца
Феррохром азотированный	Содержание хрома и азота

#### 4.3 Исходные данные для расчетов

Исходные данные для расчета параметров отбора и подготовки проб даны в справочном приложении А.

### 5 Общая погрешность контроля качества поставки/партии

Методы отбора и подготовки проб, установленные в этой части стандарта позволяют определить величину показателя качества поставки при доверительной вероятности 0,95, с общей погрешностью, указанной в таблицах 2 или 2а или 2б и в зависимости от массы опробуемой партии.

Таблица 2 — Общая погрешность контроля показателя качества партии

Масса партии, т	Общая погрешность $\beta_{\text{общ}}$ , %							
	Феррохром		Ферросиликохром		Ферросилиций	Ферросиликомарганец	Ферромарганец	
	труднодроби- мый	лекодроби- мый	Хром	Кремний	Марганец			
Св. 5000 до 10000	0,77	0,63	0,63	0,65	0,90	0,55	0,56	0,56
» 2500 » 5000	0,78	0,64	0,64	0,65	0,91	0,55	0,57	0,56
» 1000 » 2500	0,78	0,64	0,64	0,66	0,91	0,56	0,57	0,57
» 500 » 1000	0,79	0,65	0,65	0,67	0,92	0,56	0,58	0,57
» 250 » 500	0,79	0,66	0,66	0,68	0,93	0,57	0,59	0,58
» 100 » 250	0,80	0,67	0,67	0,69	0,94	0,58	0,60	0,59
» 50 » 100	0,81	0,68	0,68	0,71	0,95	0,59	0,61	0,60
» 25 » 50	0,83	0,70	0,70	0,73	0,97	0,60	0,63	0,62
» 10 » 25	0,88	0,76	0,76	0,80	1,02	0,65	0,69	0,67

Окончание таблицы 2

Масса партии, т	Общая погрешность $\delta_{общ}$ , %							
	Феррохром		Ферросилико-хром	Ферросилиций	Ферросилико-марганец	Ферромарганец		
	труднодробимый	легкодробимый						
	Хром		Кремний		Марганец			
Св. 5 до 10	0,92	0,80	0,80	0,85	1,06	0,68	0,73	0,70
» 5	0,97	0,86	0,86	0,93	1,12	0,73	0,79	0,76

Примечание — Общая погрешность контроля рассчитана по формуле (1) ГОСТ 17260 для  $m = 1$ .

Таблица 2а — Общая погрешность контроля показателя качества партии феррохрома азотированного

Масса партии, т	Общая погрешность, $\delta_{общ}$ , %	
	хром	азот
Св. 5 до 8	0,78	0,64
» 3 » 5	0,79	0,65
» 1 » 3	0,79	0,66
» 0,5 » 1	0,80	0,67
» 0,5	0,94	0,85

Таблица 2б — Общая погрешность контроля показателя качества партии<sup>1)</sup>

Масса партии, т	Минимальное количество точечных проб	Общая погрешность $\delta_{общ}$ , %							
		Феррохром		Ферросиликохром	Ферросилиций	Ферросиликомарганец	Ферромарганец		
		труднодробимый	легкодробимый						
Св. 250 до 10000	23	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6
» 50 » 250	17	0,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,6	0,6
» 25 » 50	15	0,9	0,7	0,7	0,8	1,0	0,7	0,7	0,6
» 10 » 25	9	0,9	0,8	0,8	0,8	1,1	0,7	0,7	0,7
» 5 » 10	8	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	0,7	0,8	0,7
» 5	6	1,0	0,9	0,9	0,9	1,2	0,8	0,8	0,8

## 6 Отбор проб

### 6.1 Масса точечной пробы

6.1.1 Минимальная масса точечной пробы в зависимости от номинального верхнего размера частиц в опробуемой партии должна соответствовать указанной в таблице 3.

6.1.2 Для труднодробимого феррохрома минимальная масса точечной пробы, взятой от куска в виде стружки толщиной от 0,1 до 0,2 мм, должна быть не менее 20 г.

Таблица 3 — Масса точечной пробы

Наибольший размер максимальной частицы (куска), мм	Минимальная масса точечной пробы, г					
	Феррохром легкодробимый	Ферросиликохром	Ферросилиций	Ферросиликомарганец	Ферромарганец	Феррохром азотированный
От 100 и более	8,0	5,0	8,0	8,0	8,0	—

<sup>1)</sup> Погрешности округлены с учетом количества значащих цифр в погрешности методик количественного химического анализа.

Окончание таблицы 3

Наибольший размер максимальной частицы (куска), мм	Минимальная масса точечной пробы, кг					
	Феррохром легкодробимый	Ферросиликохром	Ферросилиций	Ферросилико-марганец	Ферромарганец	Феррохром азотированный
100	8,0	5,0	8,0	8,0	8,0	10,0
50	4,0	3,0	3,0	4,0	4,0	—
20	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5	—
10 и менее	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0	—

## 6.2 Количество точечных проб и погрешность отбора проб

6.2.1 Минимальное количество точечных проб, необходимое для достижения заданной погрешности отбора проб, в зависимости от массы партии должно соответствовать таблицам 4 или 4а.

### П р и м е ч а н и я

1 По соглашению между поставщиком и потребителем могут быть приняты иные параметры отбора проб. В этом случае минимальное количество точечных проб вычисляют по формуле

$$n = \left( \frac{2\sigma_i}{\beta_{\text{от}}} \right)^2 - 1 \quad (1)$$

2 Если максимальный размер частиц в партии 100 мм и более, то точечные пробы отбирают в соответствии с ГОСТ 17260.

Таблица 4 — Минимальное количество точечных проб и погрешность отбора проб

Масса партии, т	Минимальное количество точечных проб	Погрешность отбора проб, $\beta_{\text{от}}$ , %					
		феррохром легкодробимый		ферросиликохром		ферросилиций	
		хром	хромнистый	хромнистый	хромнистый	марганец	марганец
Св. 5000 до 10000	33	0,28	0,28	0,31	0,31	0,23	0,26
» 2500 » 5000	30	0,29	0,29	0,33	0,33	0,24	0,27
» 1000 » 2500	28	0,30	0,30	0,34	0,34	0,25	0,28
» 500 » 1000	25	0,32	0,32	0,36	0,36	0,26	0,30
» 250 » 500	23	0,33	0,33	0,38	0,38	0,27	0,31
» 100 » 250	20	0,36	0,36	0,40	0,40	0,29	0,33
» 50 » 100	18	0,38	0,38	0,42	0,42	0,31	0,35
» 25 » 50	15	0,41	0,41	0,46	0,46	0,34	0,39
» 10 » 25	10	0,51	0,51	0,57	0,57	0,41	0,47
» 5 » 10	8	0,57	0,57	0,64	0,64	0,46	0,53
» 5 » 5	6	0,65	0,65	0,73	0,73	0,53	0,61

Таблица 4а — Минимальное количество точечных проб и погрешность отбора проб феррохрома азотированного

Масса партии, т	Минимальное количество точечных проб	Погрешность отбора проб, $\beta_{\text{от}}$ , %	
		хром	азот
Св. 5 до 8	20	0,28	0,17
» 3 » 5	16	0,31	0,19
» 1 » 3	12	0,36	0,22
» 0,5 » 1	8	0,44	0,27
» 0,5 » 0,5	4	0,60	0,40

6.2.2 Для труднодробимого феррохрома минимальное количество кусков, необходимое для достижения заданной погрешности отбора проб, в зависимости от массы партии, должно соответствовать таблице 5.

Таблица 5 — Минимальное количество кусков и погрешность отбора проб для труднодробимого феррохрома

Масса партии, т	Минимальное количество кусков	Погрешность отбора проб, $\beta_{\text{от}} \%$
Св. 5000 до 10000	39	0,26
» 2500 » 5000	36	0,27
» 1000 » 2500	33	0,28
» 500 » 1000	29	0,30
» 250 » 500	27	0,31
» 100 » 250	24	0,33
» 50 » 100	19	0,37
» 25 » 50	16	0,40
» 10 » 25	12	0,46
» 5 » 10	9	0,53
» 5	7	0,60

### 6.3 Метод отбора точечных проб

6.3.1 При отборе проб от неупакованной партии методы отбора точечных проб и интервалы между взятием точечных проб должны соответствовать ГОСТ 17260.

6.3.2 При отборе проб от упакованной партии пробы отбирают в одну или две стадии.

При отборе проб в одну стадию количество отбираемых упаковочных единиц должно соответствовать количеству точечных проб или кусков, указанному в таблицах 4, 4а, 5. От каждой отобранный упаковочной единицы берут одну точечную пробу.

При отборе проб в две стадии количество упаковочных единиц, отбираемых на первой стадии и количество точечных проб, отбираемых от одной упаковочной единицы, рассчитывают по уравнению (8) из ГОСТ 17260. При этом  $M_p$  и  $n_s$  подбирают таким образом, чтобы  $\beta_{\text{от}}$  не превышала значений, указанных в таблицах 4 и 5 для соответствующей массы партии.

Методы отбора упаковочных единиц и точечных проб из упаковочных единиц должны соответствовать ГОСТ 17260.

6.3.3 Для труднодробимого феррохрома методы отбора кусков аналогичны методам отбора точечных проб как для упакованной, так и неупакованной партии (см. 6.3.1).

6.3.4 Точечные пробы от кусков труднодробимого феррохрома получают одним из следующих методов:

а) Если верхнюю и нижнюю поверхности кусков легко определить, то точечную пробу в виде стружки получают путем фрезерования, строгания или сверления по всей высоте куска от верхней поверхности до нижней, как указано на рисунке 1.



Рисунок 1 — Процесс отбора точечной пробы от кусков труднодробимого феррохрома

б) Если верхнюю и нижнюю поверхности куска легко определить, и толщина куска так велика, что точечную пробу трудно отобрать вышеуказанным методом (а), то сверление можно производить перпендикулярно поверхности излома в четырех местах, расположенных на равном расстоянии друг от друга. При этом, расстояние между крайними отверстиями и верхней и нижней поверхностями куска должно быть не более 5 мм, как показано на рисунке 2. Следует принять меры для получения стружки одинаковой массы (глубина отверстий должна быть одинакова).

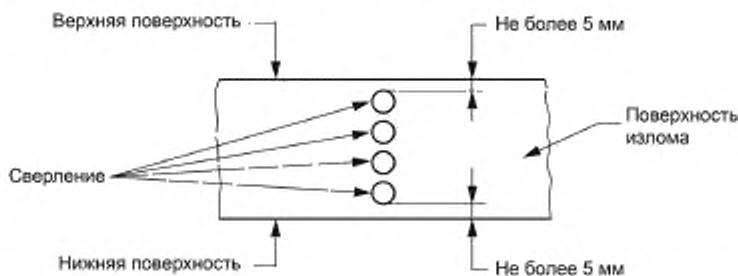


Рисунок 2 — Процесс отбора точечной пробы от куска труднодробимого феррохрома сверлением перпендикулярно поверхности излома

в) Если верхнюю и нижнюю поверхности куска определить трудно, то отбор точечной пробы производят по всему произвольно выбранному сечению куска путем фрезерования или строгания. Операцию сверления производят в точках, выбранных произвольно.

#### 6.4 Объединенная пробы

Точечные пробы, отобранные от одной партии, используют для формирования объединенной пробы в соответствии с ГОСТ 17260.

### 7 Подготовка проб

#### 7.1 Погрешность подготовки

Методы подготовки проб, установленные в этой части стандарта, позволяют получать погрешность подготовки проб указанную в таблице 6, с доверительной вероятностью 0,95.

Таблица 6 — Погрешность подготовки проб

Ферросплав	Погрешность подготовки проб $\beta_{\eta}$ , %			
	Хром	Кремний	Марганец	Азот
Феррохром:				
легкодробимый	0,4	—	—	—
труднодробимый	0,6	—	—	—
Ферросиликохром	0,4	0,4	—	—
Ферросилиций	—	0,6	—	—
Ферросиликомарганец	—	0,3	0,3	—
Ферромарганец	—	—	0,3	—
Феррохром азотированный	0,40	—	—	0,40

#### 7.2 Подготовка проб

7.2.1 Методы подготовки (сокращения) проб должны соответствовать ГОСТ 17260.

7.2.2 Пробу измельчают до частиц, полностью проходящих через сито с сеткой № 10 по ГОСТ 3306.

Затем объединенную пробу или подпробу сокращают в соответствии с таблицей 7, а точечные пробы, если необходимо, сокращают в соответствии с правилами сокращения по методу сокращения точечных проб, указанному в ГОСТ 17260.

Т а б л и ц а 7 — Правила сокращения объединенной пробы или подпробы

Верхний размер частиц в сокращенной пробе, мм	Минимальная масса сокращаемой пробы, кг
10,0	15,0
5,0	3,0
2,8	1,5
1,0	0,400
0,250	0,200

*Максимальный размер частиц в лабораторной пробе должен соответствовать указанному в стандартах на методы химического анализа ферросплавов.*

Пример сокращения объединенной пробы показан на рисунке 3.


### 7.3 Дробление и перемешивание

Методы дробления и перемешивания должны соответствовать ГОСТ 17260.

## 8 Лабораторная пробы

8.1 Масса лабораторной пробы для химического анализа должна быть не менее 50 г. *Максимальный размер частиц в лабораторной пробе должен соответствовать указанному в стандартах на методы химического анализа ферросплавов.*

8.2 Количество лабораторных проб, их упаковка и маркировка должны соответствовать ГОСТ 17260.

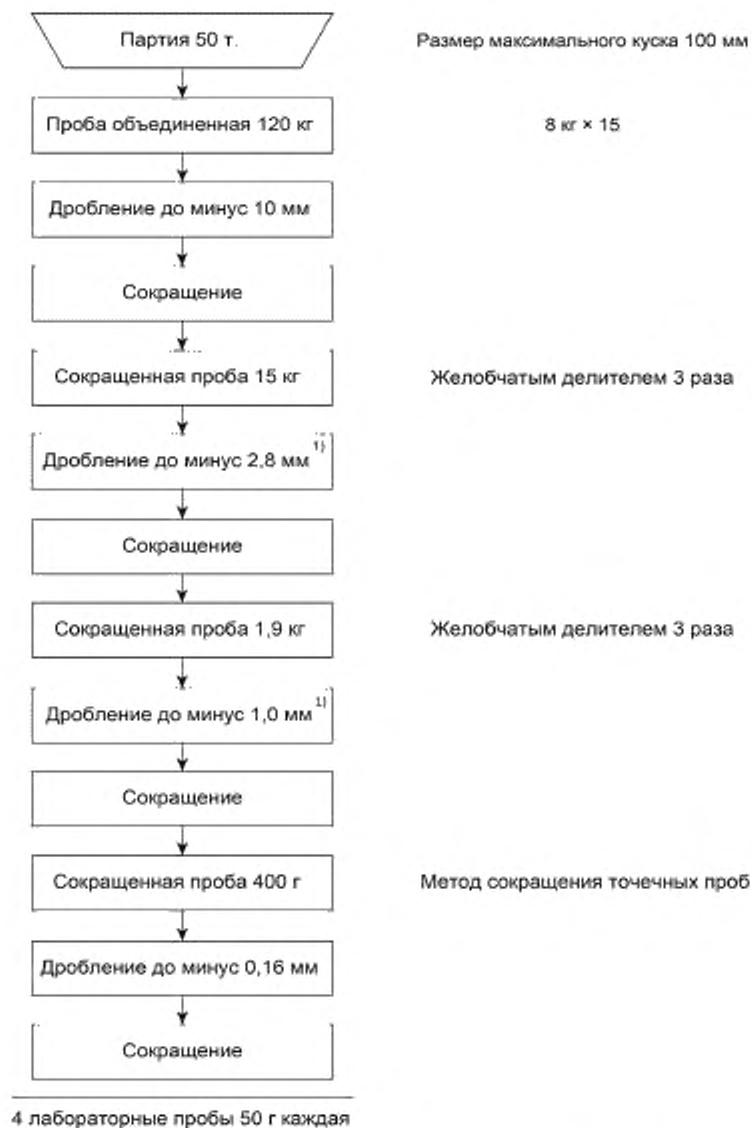Рисунок 3 — Схема подготовки проб ферросилиция (пример)<sup>1)</sup><sup>1)</sup> Одна из этих стадий может быть опущена. Под процедурой понимается дробление и сокращение пробы.

Приложение А  
(обязательное)

## Основные данные для расчета параметров опробования

## A.1 Количество точечных проб от одной партии

См. таблицы 4 и 5.

## A.1.1 Формула для расчета количества точечных проб

Количество точечных проб от одной партии рассчитывали по формуле (6) ГОСТ 17260.

Поправочный коэффициент  $\frac{N-n}{N-1}$  принимали равным 1.A.1.2 Неоднородность партии — стандартное отклонение между точечными пробами  $\sigma_t$ Стандартное отклонение между точечными пробами  $\sigma_t$  определяли экспериментально для партий, сформированных помарочным методом. Значения  $\sigma_t$  указаны в таблице А.1 и соответствуют диапазонам показателей качества, указанным в стандартах на технические условия поставки ферросплавов.

П р и м е ч а н и е — Показатели неоднородности партий были установлены экспериментально (см. ГОСТ Р 50065) для партий, сформированных помарочным методом (см. ГОСТ Р 50724.1).

Т а б л и ц а А.1 — Показатель неоднородности партии

Ферросплав	Стандартное отклонение между точечными пробами, $\sigma_t$ , %			
	Хром	Кремний	Марганец	Азот
Феррохром	0,8	—	—	—
Ферросиликохром	0,8	0,9	—	—
Ферросилиций	—	0,9	—	—
Ферросиликомарганец	—	0,65	0,75	—
Ферромарганец	—	—	0,70	—
Феррохром азотированный	0,62	—		0,37

A.1.3 Погрешность отбора проб  $\beta_{\text{от}}$ 

Погрешность отбора проб принимали от 0,25 % — для партий массой 10000 т до 0,7 % — для партий массой 5 т.

Для промежуточных партий величину  $\beta_{\text{от}}$  определяли методом экстраполяции.A.1.4 Стандартное отклонение подготовки проб  $\sigma_{\text{п}}$  определено экспериментально и указано в табл. А.2.

A.1.5 При изменении технологии выплавки или разливки, методов формирования партии и других факторов исходные данные определяют экспериментально, см. ГОСТ Р 50065.

## A.2 Общая погрешность определения химического состава партии

## A.2.1 Формула для расчета

Общую погрешность контроля химического состава партии рассчитывают по формуле (1) ГОСТ 17260.

A.2.2 Неоднородность партии  $\sigma_t$  и количество точечных проб  $n$ 

См. раздел А.1.

A.2.3 Стандартное отклонение подготовки проб  $\sigma_{\text{п}}$ Значения  $\sigma_{\text{п}}$  определяли экспериментально (см. ГОСТ 28782) и указаны в таблице А.2.

Т а б л и ц а А.2 — Стандартное отклонение подготовки проб

Ферросплав	Стандартное отклонение подготовки проб, $\sigma_{\text{п}}$ , %			
	Хром	Кремний	Марганец	Азот
Феррохром	0,3	—	—	—
	0,2	—	—	—

Окончание таблицы А.2

Ферросплав	Стандартное отклонение подготовки проб, $\sigma_{\text{п}}\%$			
	Хром	Кремний	Марганец	Азот
Ферросиликохром	0,2	0,2	—	—
Ферросилиций	—	0,3	—	—
Ферросиликомарганец	—	0,15	0,15	—
Ферромарганец	—	—	0,15	—
Феррохром азотированный	0,20	—	—	0,20

А.2.4 Стандартное отклонение метода анализа  $\sigma_M$ 

В качестве значений  $\sigma_M$  для единичного определения принятые величины  $\sigma_R$ , взятые из ГОСТ Р 54569 (см. таблицу А.3).

Таблица А.3 — Точность метода анализа проб

Ферросплавы	Стандартное отклонение метода анализа $\sigma_R\%$			
	Хром	Кремний	Марганец	Азот
Феррохром	0,22	—	—	—
Ферросиликохром	0,22	0,20	—	—
Ферросилиций	—	0,35	—	—
Ферросиликомарганец	—	0,20	0,20	—
Ферромарганец	—	—	0,20	—
Феррохром азотированный	0,15	—	—	0,17

Примечание — Величина  $\sigma_R$  выбрана для больших содержаний ( $> 50\%$ ) ведущего элемента в сплаве, для низкопроцентных сплавов необходимо пересчитывать данные таблиц 2 с учетом примечания к ним.

Приложение ДА  
(справочное)

## Основные параметры методики отбора и подготовки проб партий по ИСО 4552-1

## ДА.1 Нормы точности

Таблица ДА.1 — Общая погрешность контроля химического состава партии

Свыше	До и включая	Общая погрешность $\beta_{\text{всом}}$ , %							
		FeCr трудно-дробимый	FeCr легкодробимый	FeSiCr		FeSi	FeSiMn		FeMn
				Cr	Si	Mn			
5000	10000	0,68	0,53	0,54	0,56	0,74	0,43	0,44	0,43
2500	5000	0,69	0,53	0,56	0,56	0,75	0,43	0,45	0,44
1000	2500	0,69	0,54	0,56	0,57	0,75	0,44	0,46	0,44
500	1000	0,70	0,55	0,57	0,57	0,76	0,44	0,47	0,46
250	500	0,70	0,56	0,59	0,59	0,77	0,45	0,48	0,48
100	250	0,71	0,57	0,60	0,60	0,78	0,46	0,49	0,48
50	100	0,73	0,59	0,61	0,61	0,79	0,48	0,50	0,49
25	50	0,75	0,61	0,64	0,64	0,81	0,50	0,53	0,51
10	25	0,78	0,68	0,76	0,72	0,88	0,55	0,59	0,57
5	10	0,82	0,72	0,78	0,78	0,93	0,58	0,64	0,61
	5	0,87	0,79	0,79	0,86	0,99	0,64	0,71	0,67

Таблица ДА.2 — Минимальное количество точечных проб и погрешность отбора проб

Свыше	До и включая	Минимальное количество точечных проб	Погрешность отбора проб $\beta_{\text{S}}$ , %						
			FeCr легкодробимый	FeSiCr		FeSi	FeSiMn		FeMn
				Cr	Si	Mn			
5000	10000	33	0,28	0,28	0,31	0,31	0,23	0,26	0,24
2500	5000	30	0,29	0,29	0,33	0,33	0,24	0,27	0,25
1000	2500	28	0,30	0,30	0,34	0,34	0,25	0,28	0,26
500	1000	25	0,32	0,32	0,36	0,36	0,26	0,30	0,28
250	500	23	0,33	0,33	0,36	0,36	0,27	0,31	0,29
100	250	20	0,36	0,36	0,40	0,40	0,29	0,33	0,31
50	100	18	0,38	0,38	0,42	0,42	0,31	0,36	0,33
25	50	15	0,41	0,41	0,46	0,46	0,34	0,39	0,36
10	25	10	0,51	0,51	0,57	0,57	0,41	0,47	0,44
5	10	8	0,57	0,57	0,64	0,64	0,46	0,53	0,49
	5	6	0,65	0,65	0,73	0,73	0,53	0,61	0,57

Таблица ДА.3 — Погрешность подготовки проб

Ферросплав	Погрешность подготовки проб $\beta_{\text{D}}$ , %		
	Cr	Si	Mn
Феррохром			
- легкодробимый	0,4		
- труднодробимый	0,6		

Окончание таблицы ДА.3

Ферросплав	Погрешность подготовки проб $\beta_D$ , %		
	Cr	Si	Mn
Ферросиликохром	0,4	0,4	
Ферросилиций		0,6	
Ферросиликомарганец		0,3	0,3
Ферромарганец			0,3

Таблица ДА.4 — Минимальное количество кусков и погрешность отбора проб для труднодробимого феррохрома

Масса партии, т	Минимальное количество кусков		Погрешность отбора проб $\beta_S$ , %
	Свыше	До и включая	
5 000	10 000	39	0,26
2 500	5 000	36	0,27
1 000	2 500	33	0,28
500	1 000	29	0,30
250	500	27	0,31
100	250	24	0,33
50	100	19	0,37
25	50	16	0,40
10	25	12	0,46
5	10	9	0,53
	5	7	0,60

Таблица ДА.5 — Правила сокращения объединенной пробы или подпробы

Верхний размер частиц в делимой пробе, мм	Минимальная масса делимой пробы, кг
10,0	15,0
5,0	3,0
2,8	1,5
1,0	0,400
0,250	0,200

## ДА.2 Масса точечной пробы

Таблица ДА.6 — Масса точечной пробы

Номинальный верхний размер частиц, мм	Номинальная масса точечной пробы, кг				
	FeCr легкодробимый	FeSiCr	FeSi	FeSiMn	FeMn
100 и более	8,0	5,0	8,0	8,0	8,0
75	—	—	4,0	—	—
50	4,0	3,0	—	4,0	4,0
35	—	—	1,5	—	—
25	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5
10 и менее	1,0	0,5	0,5	1,0	1,0

**ДА.3 Основные данные для расчета параметров опробования****ДА.3.1 Количество точечных проб от одной партии**

См. таблицы 4 и 5.

Поправочный коэффициент  $\frac{N-n}{N-1}$  принимали равным 1.**ДА.3.2 Неоднородность партии (стандартное отклонение между точечными пробами  $\sigma_t$ ).**

Стандартное отклонение между точечными пробами,  $\sigma_t$ , определяли экспериментально для партий, сформированных помарочным методом. Значения  $\sigma_t$  указаны в таблице 8 и соответствуют диапазонам показателей качества, указанным в международных стандартах на технические условия поставки ферросплавов.

Таблица ДА.7 — Значения неоднородности партии

Ферросплавы	Стандартное отклонение между точечными пробами $\sigma_t$ , % (м/м)		
	Cr	Si	Mn
Феррохром	0,8		
Ферросиликохром	0,8	0,9	
Ферросилиций		0,9	
Ферросиликомарганец		0,65	0,75
Ферромарганец			0,70

**ДА.3.3 Стандартное отклонение подготовки проб  $\sigma_D$** Значения  $\sigma_D$  определялись экспериментально и указаны в таблице ДА.7.

Таблица ДА.8 — Стандартное отклонение подготовки проб

Ферросплав	Стандартное отклонение подготовки проб $\sigma_D$ , % (м/м)		
	Cr	Si	Mn
Феррохром	0,2		
легкодробимый	0,3		
труднодробимый			
Ферросиликохром	0,2	0,2	
Ферросилиций		0,3	
Ферросиликомарганец		0,15	0,15
Ферромарганец			0,15

**ДА.3.4 Стандартное отклонение метода анализа  $\sigma_M$** 

Значения  $\sigma_M$  для единичного определения взяты из международных стандартов на методы анализа ферросплавов и указаны в таблице 10.

Таблица ДА.9 — Стандартное отклонение метода анализа

Международный стандарт	Стандартное отклонение метода анализа $\sigma_M$ , % (м/м)						
	FeCr	FeSiCr		FeSi	FeSiMn		FeMn
	Cr		Si			Mn	
	[1]	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1
[2]							
[3]							

Приложение ДБ  
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

Обозначение ссылочного национального, государственного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование международного стандарта
ГОСТ 3306—88	—	*
ГОСТ 17260—2009 (ISO 3713:1987)	MOD	ISO 3713:1987 «Ферросплавы. Отбор и подготовка проб. Общие правила»
ГОСТ 28782—90 (ISO 7373—87)	MOD	ISO 7373—87 «Ферросплавы. Экспериментальные методы контроля точности сокращения проб»
ГОСТ Р 50065—92 (ISO 7087—84)	MOD	ISO 7087—84 «Ферросплавы. Экспериментальные методы оценки вариации качества и методы контроля точности пробоотбора»
ГОСТ Р 50724.1—94 (ISO 8954-2—90)	MOD	ISO 8954-1—90 «Ферросплавы. Словарь. Материалы»
ГОСТ Р 50724.2—94 (ISO 8954-1—90)	MOD	ISO 8954-2—90 «Ферросплавы. Словарь. Отбор и подготовка проб»
ГОСТ Р 54569—2011	—	*

\* Соответствующий международный стандарт отсутствует.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.

**Библиография**

- [1] ИСО 4140:1979  
(ISO 4140:1979) Феррохром и ферросиликохром. Определение содержания хрома. Потенциометрический метод  
(Ferrochromium and ferrosilicochromium; Determination of chromium content; Potentiometric method)
- [2] ИСО 4158:1978  
(ISO 4158:1978) Ферросилиций, ферросиликомарганец и ферросиликохром. Определение содержания кремния. Весовой метод  
(Ferrosilicon, ferrosilicomanganese and ferrosilicochromium; Determination of silicon content; Gravimetric method)
- [3] ИСО 4159:1978  
(ISO 4159:1978) Ферромарганец и ферросиликомарганец. Определение содержания марганца. Потенциометрический метод  
(Ferromanganese and ferrosilicomanganese; Determination of manganese content; Potentiometric method)

УДК 669.15—198:620.113:006.3854

ОКС 77.100

В19

Ключевые слова: ферросплавы, отбор проб, подготовка проб

---

Редактор *А.А. Лиске*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *И.А. Королева*  
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 18.10.2016. Подписано в печать 26.10.2016. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 35 экз. Зак. 2649.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 123995 Москва, Гранатный пер., 4  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)