

**ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ.
УСТАЛОСТЬ ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ**

**Испытание гладких полос из металлического
многослойного подшипникового материала**

Издание официальное

Б3 5—98/864

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

ГОСТ ИСО 7905-3-99

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(Протокол № 15 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгостандарт
Республика Армения	Армгостандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгостандарт
Украина	Госстандарт Украины

Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 7905-3-95 «Подшипники скольжения. Усталость подшипников скольжения. Часть 3: Испытание гладких полос из металлического многослойного подшипникового материала».

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 декабря 1999 г. №509-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ИСО 7905-3-99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России.

Редактор Р.Г. Гавердовская
Технический редактор Л.А. Кузнецова
Корректор В.И. Варенкова
Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95 Сдано в набор 28.12.99. Подписано в печать 15.02.2000. Усл. печ л 0,47.
Уч.-изд. л. 0,40 Тираж 204 экз. С4442. Зак. 135.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 103062, Москва, Лялин пер., 6
Пар № 080102

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ. УСТАЛОСТЬ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ

Испытание гладких полос из металлического многослойного подшипникового материала

Plain bearings. Bearing fatigue. Test on plain strips of a metallic multilayer bearing material

Дата введения 2000-07-01


1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения предела выносливости при усталости гладких полос из многослойных подшипниковых материалов.

Стандарт предусматривает возможность оценки влияния на полосы гидравлического давления и переменной температуры.

2 Образцы для испытания

Образцы для испытания представляют собой плоские тонкие полосы прямоугольного поперечного сечения с размерами, приведенными на рисунке 1 и в таблице 1. Для исключения разрушения образца в результате крепления его края обрабатывают шлифованием, и рабочее сечение должно соответствовать рисунку 1.

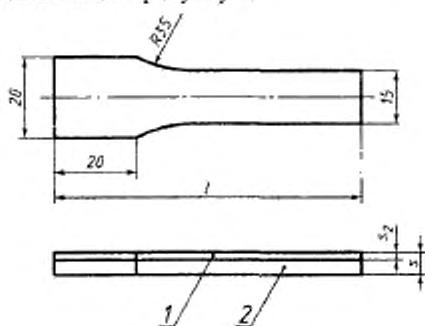

1 — антифрикционный материал; 2 — сталь

Рисунок 1

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальная толщина образца z	Толщина антифрикционного материала и/или рабочего антифрикционного слоя s_2	Длина образца l
От 3 до 5	По согласованию	75; 100

Размеры слоев многослойного подшипникового материала испытуемого образца должны соответствовать размерам слоев в процессе производства, и образец должен иметь аналогичную текстуру поверхности. Не допускаются механические повреждения поверхности образца или повреждения вследствие коррозии до и в процессе испытания.

Допускается отличие состояния образца от материала подшипника по остаточным напряжениям, возникающим в процессе изготовления подшипника.

3 Метод испытания

Схема испытания приведена на рисунке 2.

Образцы крепят консольно за жесткой заделке за широкий конец, а через свободный конец передают нагрузку, контролируемую по усилию или перемещению. Нагрузка должна изменяться от растяжения до сжатия по всей рабочей поверхности образца. Для оценки зависимости от средних напряжений дополнительно могут быть приложены предварительные напряжения растяжения или сжатия. Испытательное оборудование располагают в камере, содержащей смазку при заданной

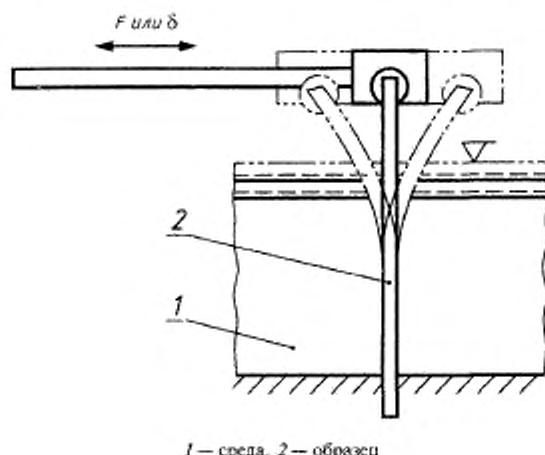


Рисунок 2 — Схема испытания

ем $\delta = \bar{\delta} + \delta_A \sin(\omega t)$, где $\bar{\delta}$ — среднее перемещение, δ_A — амплитуда перемещения.

4 Оценка и представление результатов испытания


Напряжения предела выносливости должны быть представлены в форме кривых $\delta_{el}-N$ при предварительно определенной температуре ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) относительно описания подшипникового материала. Испытания прекращают при циклах нагружения 50×10^6 . Напряжение предела выносливости может быть оценено при заданном числе циклов, например 3×10^6 , 10×10^6 , 25×10^6 или 50×10^6 .

Образец, не подвергшийся разрушению при усталостном испытании до заданного предела, указывают в отчете. Схема регистрации результатов испытания приведена на рисунке 3.

Вследствие разброса результатов испытания и статистического характера предела усталости рекомендуется результаты оценивать на основе статистического метода.

Напряжения предела выносливости могут быть представлены также с помощью диаграммы Хейга, на которой амплитуда напряжений указана относительно среднего напряжения.

Металлографическое исследование должно обеспечить детальное описание механизма разрушения, коррозионного повреждения и диффузии в результате термических эффектов.

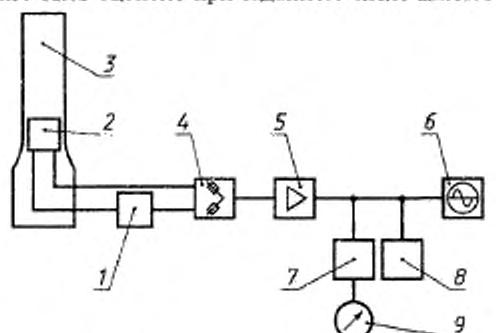

1 — компенсирующий тензодатчик; 2 — активный тензодатчик; 3 — образец для испытания; 4 — полный мост; 5 — усилитель; 6 — осциллограф; 7 — пиковый детектор; 8 — счетчик событий; 9 — индикатор

Рисунок 3