
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
ISO 10684—
2015

Изделия крепежные

ПОКРЫТИЯ, НАНЕСЕННЫЕ МЕТОДОМ
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

(ISO 10684:2004, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. № 80-П)

За принятие стандарта голосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Туркменистан	TM	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2016 г. № 402-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 10684—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10684:2004 «Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования» («Fasteners — Hot dip galvanized coatings», IDT), включая техническую поправку к нему ISO 10684:2004/Cor.1:2008.

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 2 «Изделия крепежные», подкомитетом SC 1 «Механические свойства крепежных изделий».

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (по состоянию на 1 января текущего года), а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Требования к материалам	3
5 Процесс горячего цинкования и меры предосторожности	3
6 Требования к допускам на резьбу и дополнительной маркировке	4
7 Механические свойства гаек с завышенной резьбой и болтов с заниженной резьбой	6
8 Требования к покрытию	6
9 Смазка	7
10 Данные для заказа	7
11 Обозначение	8
Приложение А (обязательное) Особые требования к болтам и гайкам с резьбой размерами M8 и M10	9
Приложение В (обязательное) Предельные размеры горячоцинкованной внутренней и наружной резьбы M8	11
Приложение С (справочное) Расчет разрушающих и пробных нагрузок болтов M8 и M10 с заниженной резьбой поля допуска 6az	12
Приложение D (справочное) Определение площади поверхности болтов и гаек	13
Приложение Е (обязательное) Прочность сцепления покрытия, нанесенного горячим цинкованием	15
Приложение F (справочное) Прочность комплектов из болтов и гаек с покрытием, нанесенным горячим цинкованием	16
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам	17

Изделия крепежные

ПОКРЫТИЯ, НАНЕСЕННЫЕ МЕТОДОМ
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

Fasteners. Hot dip galvanized coatings

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к материалу, процессу, размерам и некоторым характеристикам покрытия, выполненного методом горячего цинкования стальных крепежных изделий с резьбой с крупным шагом от M8 до M64 и классов прочности до 10.9 включительно для болтов, винтов, шпилек (далее болтов) и для гаек до класса прочности 12. Не рекомендуется наносить покрытие горячим цинкованием на крепежные детали с резьбой менее M8 и/или с шагом менее 1,25 мм.

П р и м е ч а н и е — Испытательные нагрузки и соответствующие напряжения гаек M8 и M10 с завышенной резьбой, а также разрушающие и испытательные нагрузки болтов M8 и M10 с заниженной резьбой установлены ниже значений, приведенных в ISO 898-2 и ISO 898-1 соответственно, и указаны в приложении А.

Данный стандарт, в первую очередь, касается метода горячего цинкования с центрифугированием стальных крепежных изделий с резьбой, но также может применяться для других стальных деталей с резьбой.

Положения, установленные в данном стандарте, могут применяться также для стальных деталей без резьбы, например, к шайбам.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread (Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки с установленными классами прочности. Резьба с крупным и мелким шагом)

ISO 898-2 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 2: Nuts with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread (Механические свойства крепежных изделий из углеродистой и легированной стали. Часть 2. Гайки установленного класса прочности. Крупная и мелкая резьба)

ISO 965-1 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 1: Principles and basic data (Резьбы ISO метрические общего назначения. Часть 1. Принципы и основные данные)

ISO 965-2 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads — Medium quality (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности)

ГОСТ ISO 10684—2015

ISO 965-3 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 3: Deviations for constructional screw threads (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 3. Отклонения для конструкционных резьб)

ISO 965-4 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 4. Предельные размеры для оцинкованных методом горячего цинкования наружных винтовых резьб для сборки с внутренними винтовыми резьбами, нарезанными метчиком для положения поля допуска H или G после гальванизации)

ISO 965-5 ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing (Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 5: Предельные размеры внутренних резьб, сопрягаемых с горячоцинкованными наружными резьбами, соответствующими до нанесения покрытия полям допусков с основными отклонениями до h включительно)

ISO 1460 Metallic coatings — Hot dip galvanized coatings on ferrous materials — Gravimetric determination of the mass per unit area (Покрытия металлические. Покрытия, полученные горячим цинкованием на черных металлах. Определение массы на единицу площади. Гравиметрический метод)

ISO 1461 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods (Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на изделия из чугуна и стали. Технические требования и методы испытания)

ISO 2064 Metallic and other inorganic coatings — Definitions and conventions concerning the measurement of thickness (Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Определения и понятия, относящиеся к измерению толщины)

ISO 2178 Non-magnetic coatings on magnetic substrates — Measurement of coating thickness — Magnetic method (Покрытия немагнитные на магнитных подложках. Измерение толщины покрытия. Магнитный метод)

ISO 8991 Designation system for fasteners (Система обозначения крепежных изделий)

3 Термины и определения

В данном стандарте применяются, наряду со следующими терминами и определениями, термины и определения по ISO 2064 (в частности, определение площади поверхности, мест измерений, местной толщины слоя, минимальной местной толщины слоя и средней толщины слоя).

3.1 часть партии изделий (bath): Количество идентичных деталей в одной корзине, которые одновременно очищаются, протравливаются, обрабатываются флюсом и покрываются методом горячего цинкования.

3.2 партия изделий (production run): Совокупность частей одной и той же производственной партии, которые обрабатываются последовательно, а именно: очищаются, протравливаются, обрабатываются флюсом и покрываются методом горячего цинкования без изменений температуры и состава компонентов при выполнении процесса.

3.3 средняя толщина покрытия в партии (batch average thickness): Расчетная средняя толщина покрытия при допущении равномерного распределения покрытия по поверхности всех деталей в партии.

3.4 отжиг покрытия (baking): Термическая обработка деталей в течение установленного времени при заданной температуре для уменьшения риска водородного окрупчивания.

3.5 отжиг для снятия напряжений (stress relief): Термическая обработка деталей в течение установленного времени при заданной температуре для снятия внутренних напряжений после холодной деформации.

3.6 горячее цинкование крепежных деталей (hot dip galvanizing of fasteners): Процесс, при котором стальные крепежные изделия покрывают цинком при погружении в ванну с расплавленным цинком, в результате чего на поверхности деталей образуется покрытие из сплава цинк-железо или покрытие из сплава цинк-железо и цинка.

Примечание — Этот процесс включает также удаление избытка цинка путем обработки деталей в центрифуге или равноценным методом.

4 Требования к материалам

4.1 Основной материал деталей

4.1.1 Химический состав

Для горячего цинкования пригодны материалы по ISO 898-1 и ISO 898-2, кроме материалов, в которых общее содержание фосфора и кремния находится между 0,03 % и 0,13 %; в этом случае рекомендовано высокотемпературное цинкование (от 530 °C до 560 °C).

4.1.2 Состояние поверхности

Перед погружением в расплавленный цинк поверхность крепежных изделий должна быть чистой и не иметь загрязнений, которые затрудняли бы цинкование.

4.2 Цинк

Цинк, применяемый для этого процесса, должен соответствовать ISO 1461.

5 Процесс горячего цинкования и меры предосторожности

5.1 Отжиг для снятия напряжений

Для крепежных изделий, подвергнутых сильному деформационному упрочнению, может потребоваться отжиг для снятия напряжений, проводимый перед очисткой в кислотной ванне и горячим цинкованием.

5.2 Очистка и травление

Изделия необходимо очистить. В ходе этого процесса может происходить насыщение стали водородом. Водород не может полностью удаляться посредством эффиции в ванне цинкования и вследствие этого может привести к хрупкому разрушению. Если нет иных договоренностей, детали после термической обработки до твердости $\geq 320 \text{ HV}$ или деформационного упрочнения, необходимо очищать с помощью ингибиционной кислоты, щелочи или механическим способом. Продолжительность погружения в ингибиционную кислоту зависит от поверхности в состоянии поставки и должна быть минимально необходимой.

П р и м е ч а н и е — Ингибиционная кислота — это кислота, в которую добавлен соответствующий ингибитор для снижения коррозионного воздействия на сталь и снижения насыщения водородом.

5.3 Отжиг покрытия

В случае проведения отжига, его выполняют перед активированием поверхности.

5.4 Обработка флюсом

Детали должны быть обработаны флюсом и, при необходимости, просушены.

5.5 Горячее цинкование

Цинкование при стандартной температуре проводится при температуре ванны от 455 °C до 480 °C. Цинкование при высокой температуре применяется для создания более гладкого и тонкого покрытия и проводится при температуре от 530 °C до 560 °C. При высокотемпературном цинковании поверхность покрытия матовая.

Для болтов класса прочности 10.9 с размерами резьбы M27 и выше для избежания микротрещин высокотемпературное цинкование не проводится.

Цинкование нельзя проводить при температуре ванны от 480 °C до 530 °C.

5.6 Обработка в центрифуге и охлаждение

Изделия необходимо обработать в центрифуге сразу после извлечения из ванны цинкования и, в зависимости от их размеров, охладить в воде или на воздухе.

5.7 Особые требования к гайкам

Резьбы гаек и другие внутренние резьбы должны нарезаться на изделиях с нанесенным цинковым покрытием. Повторное нарезание резьбы метчиком не допускается.

5.8 Последующая обработка

Дополнительная обработка горячеоцинкованных изделий в большинстве случаев не требуется. По требованию заказчика может применяться последующая обработка, как например, хроматирование или фосфатирование для уменьшения возможности образования «белой» ржавчины или для облегчения последующего нанесения краски.

6 Требования к допускам на резьбу и дополнительной маркировке

6.1 Общие положения

Предельные размеры метрических резьб ISO болтов от M10 до M64 до и после нанесения покрытия приведены в ISO 965-1—ISO 965-5. Все другие размеры и допуски крепежных деталей являются действительными до горячего цинкования. Предельные размеры для внутренней и наружной резьбы M8 с допусками 6АХ и 6АЗ для внутренней резьбы и 6АЗ для наружной резьбы установлены в приложении В.

П р и м е ч а н и е — Допуск на резьбу горячеоцинкованной детали нельзя проверять удалением покрытия и последующей проверкой резьбы калибрами, так как во время горячего цинкования сталь с поверхности детали растворяется.

6.2 Требования и меры предосторожности при сопряжении горячеоцинкованных резьбовых крепежных изделий

6.2.1 Общие положения

Раздел является действительным для деталей с допусками на резьбы по ISO 965-1—ISO 965-5 и с маркировкой по ISO 898-1 и ISO 898-2. Маркировка, установленная в 6.2.2 и 6.2.3, должна осуществляться в дополнение к маркировке по ISO 898-1 и ISO 898-2.

При нанесении покрытия методом горячего цинкования образуется цинковое покрытие большой толщины (всегда свыше 40 мкм). Чтобы учесть такую толщину слоя покрытия, резьбы должны изготавливаться со специальными предельными размерами.

Существует два различных способа достижения требуемых основных отклонений (зазор в резьбе) на крепежных изделиях для слоя цинка, нанесенного методом горячего цинкования.

При первом способе (см. 6.2.2) применяются гайки с завышенной резьбой, имеющие поле допуска 6АЗ или 6АХ после нанесения покрытия, для сопряжения с болтами и винтами с резьбой, имеющей основное отклонение *g* или *h* до нанесения покрытия.

При втором способе (см. 6.2.3) применяются болты с заниженной резьбой, имеющие поле допуска 6аз до нанесения покрытия для сопряжения с гайками с резьбой, имеющей основное отклонение *H* или *G* после нанесения покрытия.

Гайки с завышенной резьбой (маркированные буквами *Z* или *X*) не должны сопрягаться с болтами, имеющими заниженную резьбу (маркированными буквой *U*), потому что такие сопряжения ведут с большой вероятностью к срыву резьбы.

Сопряжение горячеоцинкованных гаек с резьбой, имеющей основное отклонение *H* или *G* после нанесения покрытия с горячеоцинкованными болтами с резьбой, имеющей основное отклонение *g* или *h* до нанесения покрытия приводит к заеданию и несвинчиваемости резьбы.

6.2.2 Гайки с завышенной резьбой поля допуска 6АЗ или 6АХ после нанесения покрытия.

Резьба гаек и внутренняя резьба должна нарезаться после горячего цинкования с завышением, соответствующим полю допуска 6АЗ или 6АХ по ISO 965-5 в том случае, если сопрягаемые болты или наружные резьбы были изготовлены с основным отклонением *g* или *h* по ISO 965-1—ISO 965-3 до горячего цинкования.

Гайки с завышенной резьбой должны маркироваться непосредственно после маркировки класса прочности буквой *Z* для поля допуска 6АЗ или буквой *X* для поля допуска 6АХ (рисунок 1).

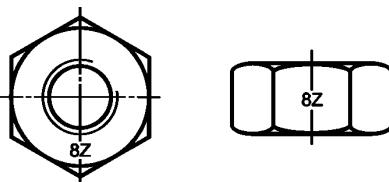


Рисунок 1 — Пример маркировки горячеоцинкованных гаек с завышенной резьбой поля допуска 6АЗ после нанесения покрытия

Для исключения перекрытия резьб с цинковым покрытием толщина покрытия сопрягаемых болтов или наружных резьб не должна превышать одной четвертой части минимального зазора резьбового соединения. Эти значения приведены в таблице 1 как справочные.

Таблица 1 — Основные отклонения и верхние ограничения толщины покрытия для сопряжений с гайками, имеющими завышенную резьбу


Шаг резьбы, мм <i>P</i>	Номинальный диаметр резьбы, мм <i>d</i>	Основное отклонение, мкм				Минимальный зазор и максимальная толщина покрытия для резьбовых сопряжений (для справок), мкм							
		внутренняя резьба		наружная резьба		AZ/h		AZ/g		AX/h		AX/g	
		AZ	AX	h	g	миним. зазор	макс. толщина покрытия	миним. зазор	макс. толщина покрытия	миним. зазор	макс. толщина покрытия	миним. зазор	макс. толщина покрытия
1,25	8	+325 ^a	+255 ^a	0	-28	325	81	353	88	255	64	283	71
1,5	10	+330	+310	0	-32	330	83	362	91	310	78	342	86
1,75	12	+335	+365	0	-34	335	84	369	92	365	91	399	100
2	16 (14)	+340	+420	0	-38	340	85	378	95	420	105	458	115
2,5	20 (18, 22)	+350	+530	0	-42	350	88	392	98	530	133	572	143
3	24 (27)	+360	+640	0	-48	360	90	408	102	640	160	688	172
3,5	30 (33)	+370	+750	0	-53	370	93	423	106	750	188	803	201
4	36 (39)	+380	+860	0	-60	380	95	440	100	860	215	920	230
4,5	42 (45)	+390	+970	0	-63	390	98	453	113	970	243	1033	258
5	48 (52)	+400	+1080	0	-71	400	100	471	118	1080	270	1151	288
5,5	56 (60)	+410	+1190	0	-75	410	103	485	121	1190	298	1265	316
6	64	+420	+1300	0	-80	420	105	500	125	1300	325	1380	345

^a Основные отклонения для AZ и AX рассчитаны по формулам, данных в ISO 965-5, на основе размеров резьб, указанных в приложении В.

6.2.3 Болты с заниженной резьбой, имеющей поле допуска баз до нанесения покрытия

На болтах и наружных резьбах нужно выполнять заниженную резьбу поля допуска баз по ISO 965-4 до горячего цинкования, когда сопрягаемые гайки или внутренние резьбы имеют основное отклонение G или H по ISO 965-1—ISO 965-3 после горячего цинкования.

Болты с заниженной резьбой должны маркироваться буквой U непосредственно после знака класса прочности (см. пример на рисунке 2).



1 — маркировка товарного знака изготовителя; 2 — класс прочности и дополнительная маркировка

Рисунок 2 — Пример маркировки горячоцинкованных болтов с заниженной резьбой поля допуска баз до нанесения покрытия

Для уменьшения опасности перекрытия при сопряжении резьб с цинковым покрытием толщина слоя не должна превышать одной четвертой части минимального зазора резьбового соединения. Эти значения приведены в таблице 2 как справочные.

ГОСТ ISO 10684—2015

Таблица 2 — Основные отклонения и максимальная толщина покрытия для сопряжений болтов с заниженной резьбой

Шаг резьбы, мм	Номинальный диаметр резьбы, мм	Основное отклонение		Минимальный зазор и максимальная толщина покрытия для резьбовых сопряжений (для справок)						
		наружная резьба	внутренняя резьба	az/H		az/G				
		<i>P</i>	<i>d</i>	az, мкм	H, мкм	G, мкм	миним. зазор в резьбе, мкм	макс. толщина покрытия, мкм	миним. зазор в резьбе, мкм	макс. толщина покрытия, мкм
1,25	8	—325 ^a	0	+28	325	81	353	88		
1,5	10	—330	0	+32	330	83	362	91		
1,75	12	—335	0	+34	335	84	369	92		
2	16 (14)	—340	0	+38	340	85	378	95		
2,5	20 (18, 22)	—350	0	+42	350	88	392	98		
3	24 (27)	—360	0	+48	360	90	408	102		
3,5	30 (33)	—370	0	+53	370	93	423	106		
4	38 (39)	—380	0	+60	380	95	440	110		
4,5	42 (45)	—390	0	+63	390	98	453	113		
5	48 (52)	—400	0	+71	400	100	471	118		
5,5	56 (60)	—410	0	+75	410	103	485	121		
6	64	—420	0	+80	420	105	500	125		

^a Основные отклонения для az рассчитаны по формуле, данной в ISO 965-5, исходя из размеров резьб, установленных в приложении В.

6.3 Особые требования к маркировке при поставке крепежных изделий в закрытых контейнерах

Если горячоцинкованные болты и сопрягаемые с ними гайки совместно упакованы изготавителем для отправки потребителю в закрытом контейнере, то дополнительная маркировка болтов или гаек, описанная в 6.2.2 и 6.2.3 не обязательна. Дополнительная маркировка по 6.2.2 и 6.2.3 должна указываться на этикетке на каждом закрытом контейнере.

Описанная в 6.2.2 и 6.2.3 дополнительная маркировка изделий или наличие этикетки на контейнере не требуются, если крепежные изделия имеют специальную маркировку, соответствующую стандарту на изделие с установленным допуском на резьбу для горячоцинкованных болтов или гаек, так что изготавитель не вправе самостоятельно выбирать допуск на резьбу.

7 Механические свойства гаек с завышенной резьбой и болтов с заниженной резьбой

Для болтов, винтов и гаек с резьбой > M12 после горячего цинкования являются действительными требования ISO 898-1 и ISO 898-2. Для размеров резьбы M8 и M10 пробные нагрузки и напряжения от пробных нагрузок для гаек, а также разрушающие нагрузки и пробные нагрузки для болтов установлены в приложении А.

8 Требования к покрытию

8.1 Внешний вид цинкового покрытия


Горячоцинкованные изделия не должны иметь участков без покрытия, вспучиваний, отложений флюса, черных пятен, шлаковых включений и других дефектов, которые ухудшают предусмотренное использование этих изделий. Матовая поверхность не может быть основанием для возврата изделий.

8.2 Указания для горячоцинкованных шайб

Шайбы с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, часто прилипают друг к другу, и поэтому при оформлении заказа должны быть согласованы соответствующие критерии приемки.

8.3 Толщина слоя цинкового покрытия

Местная толщина слоя должна составлять не менее 40 мкм, а средняя толщина слоя в партии должна составлять не менее 50 мкм. Измерение местной толщины слоя должно выполняться на участках поверхности, показанных на рисунке 3.

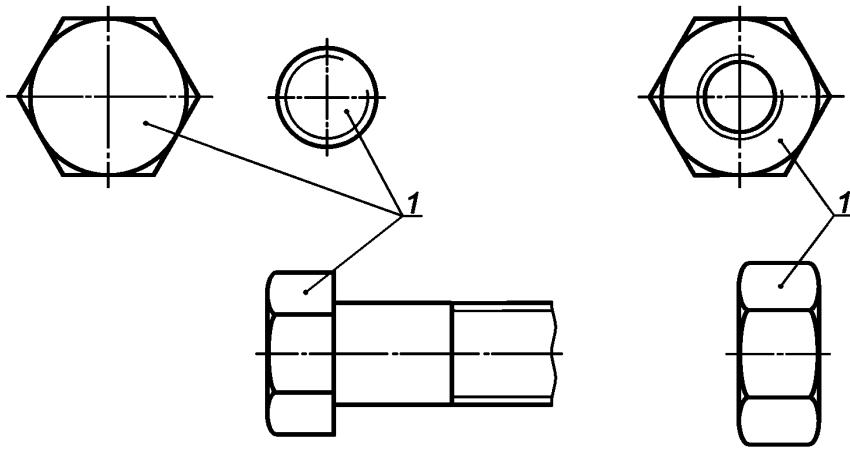

1 — участки поверхности для измерения

Рисунок 3 — Участки поверхности для измерения местной толщины слоя на крепежных изделий

Измерение местной толщины покрытия проводят на каждой производственной партии с применением магнитного метода по ISO 2178. Для расчета местной толщины слоя необходимо усреднить не менее пяти измеренных значений. В том случае, если геометрические размеры крепежного изделия не позволяют выполнить пять измерений, необходимо провести измерения на пяти образцах и определить среднее значение исходя из полученных значений. В случае разногласий применяют гравиметрический метод по ISO 1460. Для расчета средней толщины в партии площадь поверхности изделия можно определять по приложению D.

8.4 Прочность сцепления цинкового покрытия

Цинковое покрытие должно прочно сцепляться с поверхностью основного металла. Метод испытания прочности сцепления установлен в приложении Е.

9 Смазка

Для улучшения характеристик затяжки болтового соединения гайки или болты должны смазываться.

10 Данные для заказа

При выдаче заказа на горячее цинкование крепежных изделий по данному стандарту изготовителю покрытия должны быть представлены следующие данные:

- а) ссылка на данный стандарт и обозначение покрытия (см. раздел 11);
- б) материал детали, номер производственной партии и состояние детали, например, термическая обработка, твердость или другие свойства, на которые может оказывать влияние процесс нанесения покрытия;
- с) конкретная толщина покрытия, при необходимости;
- д) дополнительные испытания, при необходимости;
- е) дополнительная обработка, например, смазка, хроматирование и т. д., при необходимости.

11 Обозначение

Крепежные изделия обозначают в соответствии со стандартами на изделия. Обозначение покрытия поверхности необходимо добавлять согласно ISO 8991 к обозначению изделия, используя символ tZn для процесса горячего цинкования.

Пример 1 касается сопряжения болт—гайка в соответствии с 6.2.2 с использованием гаек с завышенной резьбой.

Пример 2 касается сопряжения болт—гайка в соответствии с 6.2.3 с использованием болтов с заниженной резьбой.

Примеры

1 *Шестигранная гайка по ГОСТ ISO 4032, размер M12, класс прочности 8, с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования и с завышенной резьбой поля допуска 6A_Z, обозначается следующим образом:*

Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032 — M12 — 8Z — Zn

П р и м е ч а н и е — Для поля допуска резьбы 6A_X необходимо заменять 8Z на 8X.

Сопряженный болт с шестигранной головкой по ГОСТ ISO 4014, размер M12 × 80, класс прочности 8.8, поле допуска резьбы 6g, с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, обозначается следующим образом:

Болт с шестигранной головкой ГОСТ ISO 4014 — M12 × 80 — 8.8 — tZn

2 *Болт с шестигранной головкой по ГОСТ ISO 4014, размер M12 × 80, класс прочности 8.8, поле допуска резьбы 6g_Z с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования, обозначается следующим образом:*

Болт с шестигранной головкой ГОСТ ISO 4014 — M12 × 80 — 8.8U — tZn

Сопряженная шестигранная гайка по ГОСТ ISO 4032, размер M12, класс прочности 8, с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования и полем допуска резьбы 6H, обозначается следующим образом:

Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032 — M12 — 8 — tZn

Приложение А
(обязательное)

Особые требования к болтам и гайкам с резьбой размерами M8 и M10

A.1 Общие положения

В данном приложении установлены, с учетом относительно больших основных отклонений по 6.2.2 и 6.2.3 для резьбы M8 и M10, разрушающие и пробные нагрузки, которые ниже значений, приведенных в ISO 898-1 и ISO 898-2.

Для гаек с завышенной резьбой уменьшенная рабочая высота профиля резьбы M8 и M10 значительно снижает значения пробной нагрузки по сравнению с приведенными в ISO 898-2.

Для болтов с заниженной резьбой площадь расчетного сечения для M8 и M10 значительно меньше, чем площадь расчетного сечения по ISO 898-1.

A.2 Минимальные пробные нагрузки для шестигранных гаек с завышенной резьбой поля допуска 6AZ или 6AX после нанесения покрытия

Гайки по 6.2.2 могут изготавливаться с завышенной резьбой поля допуска 6AZ или 6AX по ISO 965-5 и приложению В. Для резьб M8 и M10 поле допуска 6AZ имеет самое большое основное отклонение. Поэтому для резьб M8 и M10 применяются основные отклонения поля допуска 6AZ, принятые для определения пробных нагрузок, заданных по таблице А.1. Напряжения от пробной нагрузки указаны в таблице А.2. Все другие требования к механическим свойствам являются действительными по ISO 898-2. Методы испытаний применяют по ISO 898-2.

Т а б л и ц а А.1 — Пробные нагрузки для гаек с резьбами полей допусков 6AZ и 6AX

Резьба (d),	Шаг резьбы P, мм	Номинальная площадь расчетного сечения резьбы стандартной испытательной оправки A_{s_2} , мм ²	Класс прочности						
			5	6	8	9	10		
			Маркировка						
				5Z/5X	6Z/6X	8Z/8X	9Z/9X	10Z/10X	
		Пробная нагрузка, Н							
M8	1,25	36,6	17 300	20 000	25 500	27 600	30 600		
M10	1,5	58,0	28 600	33 000	42 200	45 600	50 400		

Т а б л и ц а А.2 — Напряжения от пробной нагрузки для гаек с резьбами полей допусков 6AZ и 6AX

Резьба (d)	Класс прочности					
	5	6	8	9	10	
	Маркировка					
		5Z/5X	6Z/6X	8Z/8X	9Z/9X	10Z/10X
		Напряжение от пробной нагрузки, Н/мм ²				
M8	473	546	698	754	835	
M10	493	569	728	786	870	

A.3 Минимальные разрушающие и пробные нагрузки болтов с уменьшенной резьбой поля допуска 6az до нанесения покрытия

Согласно 6.2.3 болты и наружные резьбы должны изготавливаться с уменьшенной резьбой поля допуска 6az по ISO 965-4 и приложению В. Для резьбы M8 и M10 поле допуска 6az дает в итоге большие основные отклонения, из-за чего уменьшается площадь расчетного сечения. Поэтому для резьбы M8 и M10 разрушающие и допустимые нагрузки меньше. Принципы расчетов изложены в приложении С. Уменьшенные значения нагрузок приведены в таблицах А.3 и А.4.

ГОСТ ISO 10684—2015

Все другие требования к механическим свойствам являются действительными по ISO 898-1. Методы испытаний по ISO 898-1.

Т а б л и ц а А.3 — Минимальные разрушающие нагрузки для болтов с резьбой поля допуска 6az

Резьба (d)	Площадь расчетного сечения резьбы A_{saz} , мм^2	Класс прочности			
		4.6	5.6	8.8	10.9
		Маркировка			
		4.6U	5.6U	8.8U	10.9U
Минимальная разрушающая нагрузка ($A_{saz} \times R_{m, \min}$), Н					
M8	33,2	13 300	16 600	26 600	34 500
M10	53,6	21 400	26 800	42 900	55 700

Т а б л и ц а А.4 — Пробные нагрузки болтов с резьбой поля допуска 6az

Резьба (d)	Площадь расчетного сечения резьбы A_{saz} , мм^2	Класс прочности			
		4.6	5.6	8.8	10.9
		Маркировка			
		4.6U	5.6U	8.8U	10.9U
Допустимая нагрузка ($A_{saz} \times S_p$), Н					
M8	33,2	7 470	9 300	19 300	27 600
M10	53,6	12 100	15 000	31 100	44 500

Приложение B
(обязательное)

Предельные размеры горячеоцинкованной внутренней и наружной резьбы M8

B.1 Общие положения

Это приложение содержит данные по предельным отклонениям резьбы M8 для:

- а) завышенной внутренней резьбы полей допусков 6АЗ и 6АХ;
- б) заниженной наружной резьбы поля допуска 6аз.

B.2 Предельные размеры — внутренняя резьба M8

Предельные размеры резьбы M8 для полей допусков 6АЗ и 6АХ установлены в таблице B.1.

Класс точности: средний.

Длина свинчивания: нормальная.

Поля допусков: 6АЗ и 6АХ.

Т а б л и ц а В.1 — Предельные размеры внутренней резьбы полей допусков 6АЗ и 6АХ

Размеры в миллиметрах

Резьба	Длина свинчивания		Поле допуска	Наружный диаметр ^a <i>D</i>	Средний диаметр ^a <i>D</i> ₂		Внутренний диаметр ^b <i>D</i> ₁	
	более	не более			не менее ^c	не более	не менее	не более
M8	4	12	6АЗ	8,325	7,673	7,513	7,237	6,972
			6АХ	8,255	7,603	7,443	7,167	6,902

^a Размеры действительны для внутренней резьбы после горячего цинкования и нарезки резьбы увеличенного размера.

^b Размеры действительны для внутренней резьбы до или после горячего цинкования и после удаления остатков цинка.

^c Относится к воображаемому соосному цилинду, проходящему через точки, в которых требование прямолинейности боковой поверхности больше недействительно.

B.3 Предельные размеры — Наружная резьба M8

Предельные размеры наружной резьбы M8 поля допуска 6аз установлены в таблице B.2.

Класс точности: средний.

Длина свинчивания: нормальная.

Поле допуска: 6аз.

Фактический профиль впадины резьбы ни в одной точке не должен превышать базовый профиль.

Для горячеоцинкованной резьбы являются действительными допуски для деталей до нанесения покрытия.

После нанесения покрытия способом горячего цинкования фактический профиль резьбы не должен ни в одной точке превышать максимальные пределы материала для положения допуска *h* и предусмотрен только для сопряжения с внутренней резьбой с положениями допусков *H* или *G*.

Т а б л и ц а В.2 — Предельные размеры наружной резьбы поля допуска 6аз

В миллиметрах

Резьба	Длина свинчивания		Наружный диаметр <i>d</i>	Средний диаметр <i>d</i> ₂		Внутренний диаметр (для расчета напряжений) <i>d</i> ₃	Радиус впадины резьбы
	более	не более		не более	не менее		
M8	4	12	7,675	7,463	6,863	6,745	6,142

Приложение С
(справочное)

**Расчет разрушающих и пробных нагрузок болтов M8 и M10
с заниженной резьбой поля допуска 6az**

Минимальные разрушающие нагрузки, приведенные в таблице А.3 и минимальные пробные нагрузки, приведенные в таблице А.4, рассчитывались исходя из минимального предела прочности на растяжение R_m , и напряжений от пробной нагрузки S_p в соответствии с ISO 898-1. Эти значения умножаются на площадь расчетного сечения резьбы A_{saz} , которая рассчитывается исходя из диаметров резьбы для M10 по ISO 965-4 и для M8 по приложению В по следующей формуле:

$$A_{saz} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d_2 + d_3}{2} \right)^2,$$

где d_2 — максимальный средний диаметр резьбы;

d_3 — максимальный внутренний диаметр резьбы.

Приложение D
(справочное)

Определение площади поверхности болтов и гаек

D.1 Общие положения

Это приложение служит руководством для определения площади поверхности болтов, винтов и гаек, которая требуется для определения средней толщины слоя в соответствии с 8.3.

П р и м е ч а н и е — Указанные в таблицах D.1 и D.2 площади поверхности являются действительными только тогда, если они согласованы между участвующими сторонами.


D.2 Болты

Чтобы рассчитать общую площадь поверхности болта, винта требуются следующие значения параметров (рисунок D.1):

- площадь поверхности A_1 резьбовой части болта на длине 1 мм;
- площадь поверхности A_2 гладкого стержня болта на длине 1 мм;
- площадь поверхности A_3 головки (включая поверхность торца).

Общую площадь поверхности A вычисляют следующим образом:

$$A = A_1 \times \text{длину резьбы} + A_2 \times \text{длину гладкого стержня} + A_3$$

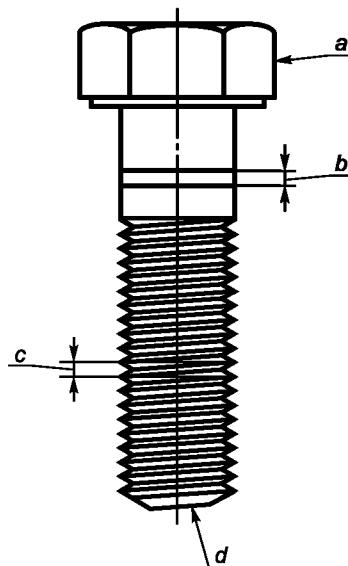

^a Площадь поверхности головки, включая площадь поверхности торца стержня, см. сноска^d.

^b Площадь поверхности гладкого стержня на длине 1 мм.

^c Площадь поверхности резьбовой части на длине 1 мм.

^d Площадь поверхности торца стержня включена в площадь поверхности головки (A_3).

Рисунок D.1 — Площадь поверхности

Для нарезанной резьбы диаметр гладкого стержня приблизительно равен наружному диаметру резьбы (номинальному диаметру). Для накатанной резьбы диаметр гладкого стержня приблизительно равен или среднему диаметру резьбы (уменьшенный стержень), или наружному диаметру резьбы (нормальный стержень).

В таблице D.1 заданы площади поверхностей A_1 , A_2 и A_3 для различных форм стержня и шестигранной головки.

Т а б л и ц а D.1 — Площадь поверхности болтов

В миллиметрах²

Размер резьбы (резьба с крупным шагом)	Площадь поверхности на длине 1 мм			Площадь поверхности головки, A_3	
	Резьбовая часть, A_1 (резьба с крупным шагом)	Гладкий стержень, A_2			
		нормальный стержень	уменьшенный стержень (резьба с крупным шагом)		
M8	38,48	25,15	22,43	541,3	
M10	48,31	31,42	28,17	905,8	
M12	58,14	37,63	33,98	1151	
M14	67,97	43,99	39,45	1523	
M16	78,69	50,27	45,67	1830	
M18	87,63	56,54	50,88	2385	

П р и м е ч а н и е — В настоящее время нет данных для болтов с размерами резьбы более M18 или с резьбой с мелким шагом и они должны рассчитываться соответствующим способом.

D.3 Гайки

В таблице D.2 заданы площади поверхности шестигранных гаек Тип 1.

П р и м е ч а н и е — При определении площади поверхности горячоцинкованных гаек площадь поверхности резьбы не учитывается, так как резьба нарезается после горячего цинкования.

Т а б л и ц а D.2 — Площади поверхности шестигранных гаек Тип 1

В миллиметрах²

Размер резьбы	Площадь поверхности, A
M8	536
M10	892
M12	1169
M14	1522
M16	1877
M18	2424

П р и м е ч а н и е — В настоящее время нет данных для болтов и винтов с размерами резьбы более M18 и для гаек Тип 2 и они должны рассчитываться подходящим способом.

**Приложение Е
(обязательное)**

Прочность сцепления покрытия, нанесенного горячим цинкованием

Для определения прочности сцепления цинкового покрытия с поверхностью основного металла используют жесткий нож с острым концом. С существенным нажимом пытаются резать или скальывать часть покрытия.

Прочность сцепления недостаточна, если покрытие отслаивается в виде скорлупы или кожуры таким образом, что под острым концом ножа открывается основной металл.

Эта проверка по определению прочности сцепления не может проводиться на ребрах или в углах (места с наименьшей прочностью сцепления покрытия).

Отделение мелких частиц покрытия при зачистке или шабрении также не могут расцениваться как брак и поэтому не может быть причиной для возврата.

Прочность комплектов из болтов и гаек с покрытием, нанесенным горячим цинкованием

Комплекты из болтов и гаек, которые были изменены так, что либо на болтах изготовлена заниженная резьба по ISO 965-4, либо в гайках изготовлена завышенная резьба по ISO 965-5, могут не достигать ожидаемой прочности, когда болт, винт или гайка монтируются с соответствующим компонентом.

Уменьшение прочности комплекта является результатом уменьшения прочности на сдвиг измененной резьбы; см. публикацию Alexander¹⁾ о прочности болтовых соединений.

Следующие предложения показывают возможности достижения предельной допускаемой нагрузки болтового соединения с сочетанием допусков резьб 6g/6H, если применяются измененные сочетания допусков резьб.

a) Болты с полем допуска резьбы 6az по ISO 965-4

Болты не должны изготавливаться на нижней границе предела прочности на растяжение R_m по ISO 898-1.

Необходимо следить за тем, чтобы болты класса прочности 8.8 не превышали максимальную твердость для класса прочности 8.8 для того, чтобы избежать риска водородного охрупчивания.

b) Гайки с полем допуска резьбы 6AZ по ISO 965-5

Для полного достижения предельной допускаемой нагрузки соединения с гайками, имеющими поле допуска резьбы 6AZ, имеются 2 возможности:

1) сопряжение болтов с гайками, которые имеют более высокий класс прочности, т.е. болты класса прочности 8.8 с гайками класса прочности 10 и т. д.;

2) сопряжение болтов с гайками того же самого класса прочности, которые, тем не менее, имеют высоту, соответствующую Типу 2 вместо Типа 1.

c) Гайки с полем допуска резьбы 6AX по ISO 965-5

Для диаметров выше M10 при применении гаек с полем допуска резьбы 6AX для полного достижения предельной допускаемой нагрузки болтового соединения, класс прочности гаек должен быть еще выше, чем для случая поля допуска резьбы 6AZ. В некоторых странах, там где используют это поле допуска резьбы, национальные стандарты требуют использовать гайки на два класса прочности выше.

¹⁾ E.M. Alexander, Analysis and design of threaded assemblies, SAE Transactions, Section 3 — Volume 86.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам**

Т а б л и ц а ДА.1 — Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 898-1	IDT	ГОСТ ISO 898-1—2014 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»
ISO 898-2	IDT	ГОСТ ISO 898-2—2015 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы»
ISO 965-1	MOD	ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ISO 965-3:1998)* «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором»
ISO 965-2	—	*
ISO 965-3	MOD	ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором»
ISO 965-4	—	*
ISO 965-5	IDT	ГОСТ ISO 965-5—2015 ОНВ Резьбы метрические ИСО общего назначения. Допуски. Предельные размеры внутренних резьб, сопрягаемых с горячоцинкованными наружными резьбами, соответствующими до нанесения покрытия полям допусков с основными отклонениями до h включительно
ISO 1460	—	*
ISO 1461	NEQ	ГОСТ 9.307—89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля»
ISO 2064	MOD	ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522/1—85, ИСО 4522/2—85, ИСО 4524/1—85, ИСО 4524/3—85, ИСО 4524/5—85, ИСО 8401—86) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля»
ISO 2178	MOD	ГОСТ 9.302—88 (ИСО 1463—82, ИСО 2064—80, ИСО 2106—82, ИСО 2128—76, ИСО 2177—85, ИСО 2178—82, ИСО 2360—82, ИСО 2361—82, ИСО 2819—80, ИСО 3497—76, ИСО 3543—81, ИСО 3613—80, ИСО 3882—86, ИСО 3892—80, ИСО 4516—80, ИСО 4518—80, ИСО 4522/1—85, ИСО 4522/2—85, ИСО 4524/1—85, ИСО 4524/3—85, ИСО 4524/5—85, ИСО 8401—86) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля»

ГОСТ ISO 10684—2015

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
ISO 8991	NEQ	ГОСТ 1759.0—87 «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия» ¹⁾

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 8991—2011 (ISO 8991:1986, IDT).

УДК 621.882.6:006.354

МКС 21.060.01
25.220.40

Г39

ОКП 16 0000

Ключевые слова: горячее цинкование, допуски на резьбу, толщина покрытия, требования к болтам, винтам и гайкам, прочность гарнитуры оцинкованных болтов и гаек

Редактор *М.А. Гетманова*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 30.05.2016. Подписано в печать 09.06.2016. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,23. Тираж 43 экз. Зак. 1490.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru