

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШЛАКОМИНЕРАЛЬНЫХ
И ЦЕМЕНТОМИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ОСНОВАНИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Москва 1979

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ДОРОЖНЫЙ
НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
(СОЮЗДОРНИИ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ШЛАКОМИНЕРАЛЬНЫХ
И ЦЕМЕНТОМИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ОСНОВАНИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Одобрены Минтрансстроем

Москва 1979

УДК 625.791.7:691.33:624.138.232.1 (075.5)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ШЛАКОМИНЕРАЛЬНЫХ И ЦЕМЕНТОМИНЕРАЛЬНЫХ МА-
ТЕРИАЛОВ В ОСНОВАНИЯХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД. Союз -
дорний. М., 1979.

Приведены требования к каменным материалам (природным тяжелым и искусственным легким), применяемым в основаниях дорожных одежд, к портландцементу, к вяжущим на основе гранулированных доменных шлаков без добавок активаторов, а также с добавками активаторов-извести, цемента и др.

Найдены корреляционные зависимости между активностью шлакового вяжущего в возрасте 28 суток и активностью, определяемой ускоренными методами, между активностью в возрасте 28 суток и 90, 180, 360 суток. Приведены ориентировочные расходы вяжущего в зависимости от его марки для получения требуемых марок по прочности цементо- и шлакоминеральных материалов.

Изложены основные свойства обработанных материалов, причины их разрушения, а также технологии строительства оснований.

Даны основные принципы конструирования дорожных одежд с основаниями из цементо- и шлакоминеральных материалов.

Табл.19, рис.26.

© Союздорни, 1979г.

УДК 625.731.7:691.83:624.138.232.1 (078.5)

Предисловие

Шлаки черной металлургии являются крупным резервом пополнения дорожно-строительных материалов.

Как показывают исследования, шлаки в зависимости от физико-механических характеристик целесообразно использовать в качестве заполнителя или вяжущих при строительстве оснований дорожных одежд из необработанных и обработанных вяжущими каменными материалами. Решение этой проблемы позволит существенно улучшить качество оснований и расширить применяемых в этом слое дорожной одежды.

На основе проведенных Союздорнии исследований и опытных работ разработаны "Методические рекомендации по применению шлакоминеральных и цементоминеральных материалов в основаниях дорожных одежд" в развитие действующих ГОСТов, СНиПов и Технических указаний.

"Методические рекомендации" разработали канд.техн. наук В.С.Исаев, инженеры Н.А.Еркина, М.Ф.Фомина.

Все замечания и предложения просьба направлять по адресу: 143900 Московская обл., Балашиха-6, Союздорний.

I. Каменные материалы

1.1. Для устройства оснований рекомендуется применять следующие материалы:

щебень и гравий, щебень из гравия из естественного камня;

щебень и гравий искусственные, изготавляемые специально (аглопорит, шунгизит, керамзит) или получаемые из отходов промышленности (шлаковая пемза, шлаковый щебень);

пески природные;

пески искусственные.

1.2. Щебень из естественного камня, щебень из гравия и гравий по прочности должны удовлетворять требованиям соответственно ГОСТ 8267-75, ГОСТ 10260-74, ГОСТ 8268-74.

1.3. Гравий керамзитовый должен удовлетворять требованиям ГОСТ 9758-76 и иметь потери в массе при испытании на дробимость в цилиндре по методике ГОСТ 8269-76 не более 35%, при испытании в полочном барабане - до 50%, т.е. иметь марку по износу согласно ГОСТ 8268-74 не ниже II-1У.

1.4. Гравий шунгизитовый должен удовлетворять требованиям ГОСТ 19345-73 и иметь потери в массе при испытании на дробимость в цилиндре по методике ГОСТ 8269-76 не более 38%, а в зависимости от степени износа при испытании в полочном барабане - марку не ниже 1У.

1.5. Щебень аглопоритовый должен удовлетворять требованиям ГОСТ 11991-76 и иметь потери в массе при испытаниях на дробимость в цилиндре по методике ГОСТ 8269-76 не более 54%, т.е. иметь марку не ниже 200.

1.6. Щебень из отходов промышленности - из шлаков черной металлургии - по прочности и устойчиво-

сти структуры должен удовлетворять требованиям ГОСТ 3344-73, а щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза) - ГОСТ 9760-75. Объем шлаковой продукции приведен в приложениях 1 и 2.

1.7. Пески природный и искусственный из отходов дробления горных пород должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8736-77, песок аглопоритовый - ГОСТ 11991-76, песок из металлургического шлака - ГОСТ 9760-75, песок керамзитовый - ГОСТ 9759-76.

1.8. Зерновой состав каменных материалов и песков должен соответствовать кривым плотных смесей с коэффициентами сбега 0,6-0,8 и отвечать требованиям табл.1.

Проектирование составов смесей с материалами, объемные массы которых резко отличаются (например, крупный заполнитель - легкие искусственные материалы, мелкий - природный тяжелый песок), следует производить не по массе, а по объему. Для этого частные остатки на ситах, соответствующие определенным кривым, умножают на объемные массы заполнителей.

1.9. Обработанные смеси в зависимости от наибольшего размера зерен щебня (гравия) подразделяют:

- на крупнозернистые - до 40 мм;
- среднезернистые - до 20 мм;
- мелкозернистые - до 10 мм;
- песчаные - до 5 мм.

1.10. Морозостойкость материалов в зависимости от категории дороги и климатических условий должна отвечать требованиям табл.2.

1.11. Пригодность каменного материала, не отвечающего каким-либо требованиям настоящих "Методических рекомендаций", следует устанавливать по результатам испытаний обработанной смеси.

Таблица 1

Максимальная мощность, мм	Полный остаток на сите, %, с размером отверстий, мк									
	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63	0,28	0,14	0,071
40	0	20-40	40-65	50-80	60-88	70-93	75-96	80-97	85-98	90-99
20		0	20-40	40-65	50-80	60-88	70-93	75-96	80-97	85-98
10			0	20-40	40-65	50-80	60-88	70-93	75-96	80-97
5				0	20-40	40-65	50-80	60-88	70-93	75-96

Таблица 2

Конструктивный элемент дорожной одежды	Марка материала по морозостойкости в зависимости от категории дороги и климатических условий								
	I-II			III			IV-V		
	Суро-вые	Умерен-ные	Мягкие	Суро-вые	Умерен-ные	Мягкие	Суровые	Умерен-ные	Мягкие
Покрытие . . .							50	25	15
Основание									
верхний слой	50	25	15	50	25	15	25	15	15
нижний слой	25	25	15	25	15	Не кон-троли-руется	25	15	Не кон-троли-руется

2. Вяжущие

2.1. Для устройства оснований дорожных одежд в качестве вяжущих рекомендуется применять цемент и шлаковое вяжущее.

2.2. Цемент должен отвечать требованиям ГОСТ 10178-76.

Шлаковое вяжущее

2.3. Шлаковое вяжущее рекомендуется приготавливать из шлаков черной металлургии различной крупности, не активированных или активированных цементом, известью или другими активаторами.

2.4. Активные шлаки, способные проявлять гидравлические вяжущие свойства при взаимодействии с водой, должны иметь следующий химический состав:

	%
CaO	Более 42
SiO ₂ (в пересчете на SiO ₃)	Менее 4-5
MnO	Менее 2
MgO	Не менее 8
MgO	Не менее 4-10

Химические составы шлаков некоторых основных металлургических заводов приведены в приложениях 3 и 4.

Основными компонентами, определяющими гидравлическую активность шлака, являются двухкальциевый силикат (C_2S) и геленит (C_2Mg).

Согласно ГОСТ 3476-74 гидравлические свойства шлака рекомендуется определять коэффициентом качества:

при содержании окиси магния до 10%

$$K = \frac{\% CaO + \% MgO + \% MgO}{\% SiO_2 + \% TiO_2},$$

при содержании окиси магния более 10%

$$K = \frac{\% CaO + \% Fe_2O_3 + 10}{\% SiO_2 + \% TiO_2 + \% (MgO - 10)}.$$

2.5. Активность шлака можно повысить путем его измельчения. Шлак рекомендуется измельчать до со-держания частиц мельче 0,071 мм от 15 до 90%, что соответствует удельной поверхности 300-3000 см²/г (приложение 5, рис.1,2). Удельную поверхность шлака определяют на приборе ПСХ-2 по ГОСТ 310.1-76 - 310.4-73.

2.6. Величину активности шлаков устанавливают по ГОСТ 3344-73 "Щебень шлаковый доменный и сталь-шлакильный для дорожного строительства" испытаниями на прочность при сжатии образцов из шлака с оптимальным количеством воды, выдержанных в нормальных условиях в течение 28 суток.

2.7. С целью ускорить получение результатов активности шлакового вяжущего рекомендуется использовать корреляционные зависимости между активностью в 28-раззов в возрасте 28 суток и образцов, проваренных в течение 3 час, а также в возрасте 28 суток и 7 суток (см.приложение 5, рис.3). Эти зависимости выражаются следующими формулами:

$$R_{c,28}^{28} = 3+2,4 R_{проп} \quad \text{при } K_{кор} = 0,82;$$

$$R_{c,28}^{28} = 21,5+1,2 R_{c,28}^7 \quad \text{при } K_{кор} = 0,9.$$

2.8. Повышение активности шлакового вяжущего во времени (см.приложение 5, рис.4) определяют по формулам:

$$R_{c,28}^{30} = 1,38 R_{c,28}^{28} + 16,2; \quad R_{c,28}^{180} = 2,18 R_{c,28}^{28} + 3,1.$$

2.9. Шлаковое вяжущее должно удовлетворять требованиям табл.3.

Таблица 3

Марка вяжущего	Предел прочности при сжатии, кгс/см ² , не менее после пропаривания 3 час	после выдерживания в камере нормального твердения, сутки			
		7	28	90	180
25	10	3	25	30	40
50	20	20	50	60	80
100	40	65	100	120	150

Шлаковое вяжущее с добавкой цемента

2.10. Шлак, активированный цементом, - вяжущее гидравлическое, т.е. способное твердеть во влажных условиях.

2.11. Шлаковое вяжущее с добавкой цемента рекомендуется получать путем совместного измельчения шлака и цемента или тщательного смешения подготовленного шлака с цементом. Цемент должен иметь марку не ниже 400 и отвечать требованиям ГОСТ 10178-76.

2.12. Активность вяжущего повышается с увеличением удельной поверхности шлака и количества активатора (приложение 6, рис.1), а также во времени (см. приложение 6, рис.2).

В зависимости от удельной поверхности шлака и количества цемента можно получить шлаковое вяжущее марок 50-400.

Активность вяжущего определяют по ГОСТ 3344-73.

Ориентировочные составы вяжущего для получения различных марок вяжущего приведены в табл.4.

2.13. Повышение активности шлакового вяжущего с добавкой цемента во времени рекомендуется опреде-

Таблица 4

Состав вяжущего	Содержание компонентов вяжущего, % для получения шлакового вяжущего марок				
	50	100	200	300	400
Шлак, недробленый ($\delta = 100 \text{ см}^2/\text{г}$) . . .	85-90	75-80	60-65	45-55	-
Цемент	10-15	20-25	35-40	45-55	
Шлак с 15% частиц мельче 0,071 мм ($\delta = 300 \text{ см}^2/\text{г}$) . . .	90-95	85-90	75-80	-	-
Цемент	5-10	10-15	20-25		
Шлак с 30% частиц мельче 0,071 мм ($\delta = 1200 \text{ см}^2/\text{г}$) . . .	95-97	90-95	85-90	75-80	-
Цемент	3-5	5-10	10-15	20-25	
Шлак с 90% частиц мельче 0,071 мм ($\delta = 3000 \text{ см}^2/\text{г}$) . . .	98-99	95-97	90-95	85-90	75-80
Цемент	1-2	3-5	5-10	10-15	20-25

Примечание. Применялся цемент марки 400.

лять по зависимостям между прочностью вяжущего в различных возрастах (см.приложение 6, рис.3,4):

$$R_{cэж}^{28} = 22 + 1,87 R_{\text{прол}} \quad \text{при } K_{\text{кор}} = 0,65;$$

$$R_{cож}^{28} = 34,8 + 1,1 R_{cэж}^7 \quad \text{при } K_{\text{кор}} = 0,94;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{50} = 1,8 R_{c\bar{e}k}^{28} - 3,9 \quad \text{при } K_{kor} = 0,76;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{180} = 1,3 R_{c\bar{e}k}^{28} + 11;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{360} = 2,2 R_{c\bar{e}k}^{28} - 20.$$

$$2,5 \cdot 400 - 28 = 880 - 28 = 852 \text{ кг/см}^2$$

2.14. Шлаковое вяжущее с добавкой цемента должно отвечать требованиям табл.5.

Таблица 5

Марка вяжущего	Предел прочности при сжатии, кгс/см ² . не менее					
	после пропаривания 3 часа	после выдерживания в камере нормального твердения, сутки				
		7	28	90	180	360
50	15	15	50	60	75	90
100	40	60	100	130	140	200
150	70	100	150	190	200	310
200	95	150	200	260	270	420
250	125	200	250	320	340	530
300	150	240	300	380	400	640
400	200	330	400	500	530	860

Шлаковое вяжущее с добавкой извести

2.15. Шлаковое вяжущее с активатором известью рекомендуется получать путем совместного измельчения шлака и извести или тщательного смешения подготовленного шлака с известью.

Известь должна отвечать требованиям ГОСТ 9179-70.

2.16. Активность вяжущего с добавкой извести по

12

$$2,5 \cdot 400 - 28 = 800 - 28 = 772 \text{ кг/см}^2$$

$$1500 - 28 = 1472 \text{ кг/см}^2$$

$$2,5 \cdot 200 - 28 = 500 - 28 = 472 \text{ кг/см}^2$$

вышается с увеличением удельной поверхности шлака и содержания активатора по зависимостям, приведенным в приложении 7 (рис.1), а также во времени (см.приложение 7, рис.2).

Марка вяжущего определяется по ГОСТ 3844-73.

Ориентировочные составы вяжущего для получения различных марок вяжущего приведены в табл.6.

Таблица 6

Удельная поверхность шлака, см ² /г	Содержание извести, %	Марка вяжущего
100	5-10	50
1200	0,5-10	50-150
3000	0,5-10	50-200

2.17. Рост активности шлакового вяжущего с добавками извести во времени определяется следующими зависимостями (см.приложение 7, рис.3,4):

$$R_{c\bar{e}k}^{28} = 11,8 + 2,2 R_{prop} \quad \text{при } K_{kop} = 0,77;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{28} = 20,1 + 1,16 R_{c\bar{e}k}^7 \quad \text{при } K_{kop} = 0,94;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{90} = 1,53 R_{c\bar{e}k}^{28} - 10,7 \quad \text{при } K_{kop} = 0,9;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{180} = 1,44 R_{c\bar{e}k}^{28} - 2,5;$$

$$R_{c\bar{e}k}^{360} = 2,5 R_{c\bar{e}k}^{28} - 28.$$

2.18. Физико-механические показатели шлакового вяжущего с добавкой извести, установленные при испытании ускоренными и стандартными методами, должны удовлетворять требованиям табл.7.

Таблица 7

Марка вяжущего	Предел прочности при сжатии, кгс/см ² , не менее после пропаривания 3 час	после выдерживания в камере нормального твердения, сутки				
		7	28	90	180	360
50	20	25	50	65	70	100
100	40	70	100	130	140	220
150	60	115	150	210	215	350
200	85	150	200	295	300	470

Шлаковое вяжущее с добавкой других активаторов

2.19. В качестве активаторов измельченного шлака рекомендуется также применять содошелочной плав, нитриты и нитраты кальция, а также другие добавки, содержащие соли и щелочи щелочноземельных металлов.

2.20. Активатор может вводиться как в процессе помола шлака, так и в виде водных растворов при приготовлении смеси.

2.21. С увеличением удельной поверхности шлака и количества активатора марка шлакового вяжущего увеличивается. Применение шлака с удельной поверхностью от 2500 до 6000 см²/г с добавкой активатора до 10% позволяет получить вяжущее марок от 100 до 600.

3. Прочность и причины разрушения материалов, обработанных неорганическими вяжущими

3.1. Требуемая прочность обработанных материалов зависит от содержания вяжущих и соотношения в них

шлака и активаторов, которые определяют интенсивность процессов их гидратации и гидролиза в смесях, а также от марки вяжущего, количества воды в смеси, гранулометрического состава и физико-механических характеристик каменных материалов.

3.2. Срок службы каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими, в основаниях дорожных одежд может оцениваться:

начальной прочностью на растяжение при изгибе и связанными с ней прочностью при растяжении и сжатии, а также модулем упругости материала, обеспечивающими его работу в заданный период времени при заданных механических нагрузках и воздействиях климатических факторов;

долговечностью материала, определяемой, во-первых, усталостью материала при испытании его на изгиб от действия многократных нагрузок и, во-вторых, морозо- и водостойкостью материала, а также температуроустойчивостью конструкции из этого материала.

4. Способы регулирования прочности обработанных материалов

4.1. На прочность обработанных материалов влияет крупность заполнителя (приложение 8, рис.1). При замене песка на гравийно-песчаную смесь с максимальной крупностью зерен 20 мм прочность обработанных материалов повышается на 10–20%, что обуславливается более полным обволакиванием каменных материалов вяжущим вследствие уменьшения их удельной поверхности, а также повышенной каркасностью гравийно-песчаной смеси по сравнению с песком.

4.2. Щебень остроугольной формы по сравнению с окатанной округлой формой зерен гравия имеет лучшее сцепление с вяжущим, а также лучшее сцепление зерен каменного материала между собой (см.приложение 8,

рис.1). Поэтому расход шлакового вяжущего при замена щебня на гравий для получения равнопрочного обработанного материала рекомендуется увеличивать на 10-15%.

4.3. На прочность обработанных материалов влияет различная, в зависимости от природы каменного материала, адгезионная прочность сцепления его с цементным камнем.

Наименьшую прочность имеют обработанные материалы, приготовленные на гранитном щебне. Прочность их увеличивается при использовании щебня из гравия с зернами из известняка, поверхность которого обеспечивает хорошее сцепление с вяжущим. Использование известнякового щебня позволяет получать еще более высокую прочность.

Максимальную прочность имеют обработанные материалы на шлаковом щебне. В этом случае наряду с химическим взаимодействием между цементным камнем и заполнителем действует фактор механического сцепления, на который оказывает значительное влияние шероховатость поверхности прочных шлаковых зерен и родство природы заполнителя и вяжущего. Замена гранитного щебня на шлаковый увеличивает прочность обработанных материалов на 5-10% (см. приложение 8, рис.1).

4.4. Марка природного каменного материала в пределах 200-400 незначительно влияет на прочность обработанных смесей, что обусловлено значительно меньшей прочностью смесей по сравнению с прочностью каменного материала (см.приложение 8, рис.2).

4.5. От марки применяемого легкого искусственного крупного заполнителя зависит марка обработанных материалов. Так, с заполнителем марки П35 можно получить обработанные материалы марки 40. Снижение же марки заполнителя с П35 до П25 приводит к уменьшению марки материала до 20.

4.6. Прочность обработанных материалов при увеличении в смеси содержания природного щебня (гравия) с 40 до 70% и уменьшении количества песка в пределах граничных кривых плотных смесей возрастает на 10-30% из-за повышенной каркасности многощебенистых смесей (см.приложение 8, рис.2).

При увеличении в смеси содержания легкого искусственного щебня (гравия) с 36 до 64% и уменьшении и содержания природного песка с 84 до 36%, что соответствует кривым плотных смесей с коэффициентом сдвига 0,6-0,8, прочность обработанных смесей снижается за счет малой прочности серен легкого заполнителя по сравнению с прочностью природных серен.

4.7. При повышении в смеси содержания пылеватых частиц до 5% прочность обработанных материалов возрастает на 10-30% в связи с увеличением плотно сти смеси (см.приложение 8, рис.2).

4.8. Прочность каменных материалов, обработанных шлаковыми вяжущими различной крупности, при повышении содержания в шлаке частиц мельче 0,071 мм с 1 до 90% возрастает в 4-6 раз вследствие увеличения удельной поверхности шлака (приложение 9, рис.1).

4.9. С повышением содержания шлакового вяжущего (шлак + цемент) в смеси в пределах 5-20% прочность обработанных материалов при сжатии соответственно увеличивается в 1,4-1,8 раза (см.приложение 9,рис.2,а)

4.10. Увеличение содержания активатора цемента с 0 до 3% повышает прочность обработанных материалов в 5-10 раз (см.приложение 9, рис.2,б). Увеличение марки вяжущего с 200 до 400 повышает прочность обработанных смесей в 1,5-2 раза.

4.11. Связь между пределом прочности обработанных материалов при сжатии в возрасте 28 и 90 суток и расходом шлакового вяжущего различных марок (см. приложение 9, рис.3,а,б) может быть определена по следующим зависимостям:

$$R_{c\text{ж}}^{28} = 3,84 \cdot (\% M100) - 28,32; \quad R_{c\text{жк}}^{28} = 3,84 \cdot (\% M100) - 16,1;$$

$$R_{c\text{ж}}^{28} = 3,80 \cdot (\% M200) + 2,5; \quad R_{c\text{жк}}^{28} = 3,80 \cdot (\% M200) + 14,7;$$

$$R_{c\text{ж}}^{28} = 3,84 \cdot (\% M300) + 24,23; \quad R_{c\text{жк}}^{28} = 3,84 \cdot (\% M300) + 36,4.$$

4.12. Ориентировочный расход вяжущего в зависимости от его марки для получения обработанных материалов требуемых марок по прочности при сжатии приведен в табл.8. В случае раздельной подачи компонентов вяжущего ориентировочный расход принимают по табл.8.

Таблица 8

Марка вяжущего	Расход вяжущего, % массы, для получения требуемой прочности обработанного материала в возрасте 28 суток марок					
	100	75	60	40	20	10
600	-	-	6-7	5-6	3-4	1-2
500	-	8-9	7-8	6-7	4-5	2-3
400	18-25	8-10	8-9	7-8	5-6	3-4
300	-	18-20	9-13	8-10	6-7	4-5
200	-	18-20	13-19	9-15	8-10	6-7
100	-	-	25-30	19-25	13-19	10-13
50	-	-	-	-	-	30-35

4.13. Обработанные материалы являются медленно - твердеющими материалами, прочность которых нарастает постепенно в течение года. Связь между пределом прочности обработанных материалов при сжатии в различном возрасте определяется зависимостями, приведенными в приложении 9 (рис.4), и по формулам:

Таблица 9

Состав вяжущего	Содержание компонентов вяжущего, %, для по- лучения требуемой прочности обработанного материала марок					
	100	75	60	40	20	10
Недробленый шлак ($S = 100 \text{ см}^2/\text{г}$)	-	-	7	10-15 5	10-20 5-5	5-20 2-3
Цемент			7			
Шлак с 15% частиц мель- че 0,071мм ($S = 300\text{см}^2/\text{г}$)	-	-	10-15 3	10-15 2	10-15 1	-
Цемент						
Шлак с 30% частиц мель- че 0,071мм ($S = 1200\text{см}^2/\text{г}$)	-	10-15 3	10-15 2	5-10 2	5-10 1	-
Цемент						
Шлак с 50% частиц мель- че 0,071мм ($S = 1700\text{см}^2/\text{г}$)	10-15 3	10-15 2	5-10 2	5-10 1	-	-
Цемент						
Шлак с 90% частиц мель- че 0,071мм ($S = 3000\text{см}^2/\text{г}$)	5-10 3	5-10 2	5-10 1	-	-	-
Цемент						

Примечание. Применялся цемент марки 400.

$$R_{c\mathbb{N}k}^7 = 0,67 \cdot R_{c\mathbb{N}k}^{28} - 1 \quad \text{при } K_{kor} = 0,96;$$

$$R_{c\mathbb{N}k}^{90} = R_{c\mathbb{N}k}^{28} + 2,2 \quad \text{при } K_{kor} = 0,98;$$

$$R_{c\mathbb{N}k}^{360} = R_{c\mathbb{N}k}^{28} + 27 \quad \text{при } K_{kor} = 0,98;$$

$$R_{c\mathbb{N}k}^{360} = 0,87 R_{c\mathbb{N}k}^{90} + 15 \quad \text{при } K_{kor} = 0,96.$$

4.14. Оптимальное количество воды в обработанных материалах обеспечивает их максимальную плотность при уплотнении стандартной трамбующей нагрузкой. Оптимальное количество воды составляет 6–8% массы сухой смеси для обработанных материалов с природными тяжелыми заполнителями на шлаках с различной степенью дробления и 8–10% – для обработанных смесей с искусственными легкими заполнителями.

5. Основные свойства обработанных материалов

5.1. К основным свойствам обработанных материалов относятся: прочность при расколе и изгибе, модуль упругости и связь их с пределом прочности при сжатии.

5.2. Связь между пределом прочности при сжатии и обработанных материалов и на растяжение при расколе в различных возрастах рекомендуется определять по корреляционным зависимостям (приложение 10, а, б):

$$R_p^7 = 0,13 R_{c\mathbb{N}k}^7 - 0,7;$$

$$R_p^{28} = 0,14 R_{c\mathbb{N}k}^{28} - 1,1 \quad \text{при } K_{cor} = 0,98;$$

$$R_p^{90} = 0,13 R_{c\mathbb{N}k}^{90} - 0,4 \quad \text{при } K_{cor} = 0,84.$$

5.3. Связь между пределом прочности при сжатии и на растяжение при изгибе обработанных материалов в приведена в приложении 10, в и определяется по следующему выражению:

$$R_u^{28} = 0,25 R_{c\text{жк}}^{28} - 1,75.$$

5.4. Для нормативных марок обработанных материалов значения предела прочности на растяжение при изгибе представлены в табл.10.

Таблица 10

Марка по прочности при сжатии	Прочность на растяжение при изгибе, кгс/см ²	
	фактическая средняя	нормативная
10	0,8	1
20	4-8	4
40	8-14	8
60	13-17	12
75	17-20	15
100	23	20

5.5. Расчетный предел прочности на растяжение при изгибе определяют по следующему выражению:

$$R_u^P = K \cdot R_u \quad \text{при } K_{u\text{р}}=0,4 \text{--} 0,6.$$

5.6. Материалы, обработанные шлаковыми вяжущими, являются более деформативными по сравнению с цементоминеральными. Связь между пределом прочности при сжатии и модулем упругости таких материалов приведена в табл.11.

5.7. Расчетный модуль упругости обработанных материалов при расчете дорожных одежд по ВСН 46-72 можно определять по следующему выражению: $E_p = KE$.

Таблица 11

Предел прочности при сжатии	Экспериментальный модуль упругости
10	3000
20	3000–20000
40	4000–65000
60	6000–100000
75	11000–150000
100	20000–200000

Примечание. Модули упругости определяли на образцах-цилиндрах при испытании на сжатие и на образцах-балочках при испытании на изгиб.

Для некоторых марок по прочности обработанных материалов расчетные модули упругости приведены в табл.12.

Таблица 12

Предел прочности при сжатии	Расчетный модуль упругости
10	1500
20	2000
40	4000
60	6000
75	7000
100	8000

6. Долговечность обработанных материалов

6.1. Долговечность обработанных материалов можно оценивать усталостью образца материала при воздействии циклической нагрузки. Величины нагрузки должны соответствовать напряжению, испытываемому

основанием от проезда автомобилей. Количество на-
гружений устанавливают по расчетному количеству ав-
томобилей, прошедших по дороге за расчетный срок
службы дороги.

6.2. Долговечность обработанных материалов зави-
сит также от морозостойкости материала. Морозостой-
кость определяется количеством циклов заморажива-
ния-оттаивания в зависимости от климатических усло-
вий района расположения дороги и сроком службы до-
рожной одежды.

Обработанные материалы с пределом прочности 10-
100 кгс/см² выдерживают 10-50 циклов заморажива-
ния-оттаивания. Коэффициент их морозостойкости 0,6 -
0,8.

6.3. Корреляционные зависимости между пределом
прочности материалов с дробленым шлаком при сжа-
тии в возрасте 28, 60 суток и образцов, прошедших 25
циклов замораживания-оттаивания (приложение 11), оп-
ределяют по выражениям:

$$R_{MP3}^{28} = 0,93 R_{CЭЖ}^{28} - 14,2 \quad \text{при } K_{кор} = 0,96;$$

$$R_{MP3}^{60} = 0,98 R_{CЭЖ}^{60} - 17,1 \quad \text{при } K_{кор} = 0,97;$$

С недробленым шлаком - по зависимости:

$$R_{MP3}^{60} = 0,72 R_{CЭЖ}^{60} - 0,8 \quad \text{при } K_{кор} = 0,88.$$

6.4. Морозостойкость обработанных материалов для
существующих марок по прочности может быть приня-
та по табл.13.

6.5. Сохранение сплошности основания и необходи-
мость устройства температурных швов зависят от ко-
лебаний температуры основания и температурного ко-
эффициента линейного расширения материала.

Таблица 13

Марка	Количество циклов замораживания-оттаивания	K_{MPJ}^{20} , не менее
10	15	0,65
20	25	0,70
40	25	0,75
60	50	0,80
75	50	0,80
100	50	0,80

7. Управление качеством технологии строительства оснований из обработанных материалов

7.1. Качество основания зависит во многом от правильной технологии его устройства, включающей качественное приготовление вяжущего, точное дозирование компонентов смеси, контроль их перемешивания и технологию укладки.

7.2. Измельчать гранулированные шлаки рекомендуется в шаровой мельнице типа 1456 или вибромельнице, предварительно высушив их в сушильном барабане. Для получения комплексного вяжущего (гранулированный шлак + цемент) его компоненты одновременно в заданных соотношениях подают в шаровую мельницу, где шлак измельчают и перемешивают с цементом. Готовое вяжущее поступает в силосный склад. Технология получения шлакового вяжущего приведена в приложении 12 (рис.1).

7.3. Производительность мельниц зависит от требуемой тонкости измельчения шлака (см.приложение 12, рис.2). С увеличением удельной поверхности шлака производительность мельниц уменьшается (табл.14).

7.4 Приготавливать смесь рекомендуется в устаковках типа С-543, С-780, СВ-78, СВ-100. В случае

Таблица 14

Тонкость измельчения шлака	Удельная производительность мельницы, кг/час·л	
	шаровой (1456)	вибрационной (СМ-10)
300/15 ^{х)}	2,20	21,6
1200/30	1,10	11,9
1700/50	0,75	2,5
3000/90	0,30	0,9

^{х)}Над чертой – удельная поверхность шлака, см²/г, под чертой – содержание частиц мельче 0,071 мм, %.

раздельной подачи гранулированного шлака и цемента установки должны быть оснащены двумя дозаторами и. Вода в смеситель подается в количестве, обеспечивающем получение максимальной плотности уплотненной смеси. Примерная схема приготовления обработанной смеси приведена в приложении 13.

7.5. Результаты измерений точности работы дозаторов показывают, что дозаторы объемного типа имеют отклонения от средней подаваемой величины сыпучего материала в пределах $\pm 10\%$. Для повышения точности их работы могут использоваться побудители материала, устанавливаемые под дозатором и служащие для обеспечения стабилизации объемной массы материала. В этом случае отклонение снижается до $\pm 5\%$.

В дозаторах весового типа максимальное отклонение средней величины выдаваемого материала составляет: для щебня – 3%, песка – 3,5%, гранулированного шлака – 3%, цемента – 2%. Точность работы этих дозаторов может быть повышена путем установки над ними питателей – объемных дозаторов с побудителями материала.

Для уменьшения трудоемкости ручной тарировки дозаторов (процесс тарировки длится не менее 1 час) и повышения производительности завода, а также обеспечения оперативного непрерывного контроля за расходом каждого компонента смеси целесообразно оснащать дозаторы датчиками с показывающими или записывающими приборами, непрерывно регистрирующими вес материала, выдаваемого дозатором в единицу времени.

7.6. Для перемешивания различных материалов наиболее широко применяют смесители свободного или принудительного перемешивания циклического или непрерывного действия. Высокое качество перемешивания и ягестких обработанных смесей обеспечивается смесителями принудительного перемешивания непрерывного действия, производительность которых выше, чем у других типов смесителей.

7.7. Допустимый разрыв по времени между приготовлением и уплотнением смеси, за который прочность обработанных материалов снижается незначительно, не должен превышать для материалов с недробленым шлаком 8 час, с измельченным шлаком – 3 час. Результаты изменения прочности обработанных материалов в зависимости от величины технологического разрыва приведены в табл.15.

Таблица 15

Состав смеси	Прочность смеси, % к максимальной, в зависимости от технологического разрыва, час						
	0	3	4	6	8	12	24
Смесь со шлаком недробленым гранулирован- ным	100	-	100	-	90	50	30
	100	70	-	60	-	-	-

7.8. Распределяют смеси с помощью укладчиков дорожно-строительных материалов. Допускается применение автогрейдера (приложения 14,15).

7.9. Уплотнять основание рекомендуется катком и на пневматических шинах с гладким протектором типа Д-627, Д-624 или Д-551 (см.приложения 14,15). Применение шин с протектором редкого и глубокого рельефа приводит к тому, что после уплотнения на основании остаются следы глубиной до 3 см, которые приходится удалять с помощью отвала автогрейдера или доплотнять гладковальцовым катком.

Каток на пневматических шинах при давлении в шинах 3,25 ати обеспечивает плотность смесей 0,97–0,98 стандартной на глубине от 5 до 20 см, для достижения которой требуется не менее 12 проходов катка по одному следу.

Максимальная плотность верхнего слоя на глубине от 0 до 5 см составляет 0,94 стандартной даже после 24 проходов катка по одному следу.

7.10. После окончания уплотнения и отделки основания на его поверхность следует наносить защитную водонепроницаемую пленку либо слой песка или супеси толщиной 5–8 см, который поливается водой первые 7 суток через 6–8 час, а от 7 до 20 суток – один раз в смену.

В случае, если режим ухода нарушается, прочность обработанных материалов снижается по сравнению с материалами, за которыми осуществляется уход в процессе их твердения, на 10–25%, при отсутствии ухода – до 50%.

7.11. Открывать движение транспорта по основанию и укладывать покрытие следует после набора 50% проектной прочности основания. Допускается укладывать покрытие в день устройства основания.

7.12. Контроль качества производства работ осуществляют в соответствии со СНиП ПД.5-73 и ВСН 184-75

"Технические указания по устройству оснований дорожных одежд из каменных материалов, неукрепленных и укрепленных неорганическими вяжущими" (М., "Транспорт", 1976).

8. Конструкции дорожных одежд

8.1. К конструкциям оснований дорожной одежды предъявляются следующие требования:

соответствие требуемой прочности и долговечности под действием движущегося транспорта и природно-климатических факторов;

экономичность, в частности максимальное использование местных каменных материалов;

возможность комплексной механизации работ с учетом местных производственных условий.

8.2. Основание должно представлять собой гибкую бесшовную плиту с высокой прочностью при изгибе и распределяющей способностью, деформируемую транспортными нагрузками только в упругой стадии без накопления остаточных деформаций и местных просадок.

8.3. Механические и теплофизические свойства материалов в основании не должны резко отличаться от таких же свойств асфальтобетона в покрытии, с тем чтобы все изменения, вызываемые взаимодействиями и многократно повторяющихся нагрузок, переменных температур, влажности, замерзанием и оттаиванием воды в порах материала, протекали примерно одинаково в слоях покрытия и основания.

8.4. Морозостойкость материала в основании может быть меньше, чем в покрытии, что в количественном отношении зависит от климатических условий, толщины покрытия и его теплопроводности.

8.5. Прочность при изгибе и модуль упругости материала в основании могут быть в 2-3 раза меньше, чем в покрытии при любых возможных температурах.

8.6. Рекомендуемые схемы конструкций дорожных одежд с основаниями из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими, для дорог I-У категории приведены в приложении 16.

8.7. Дорожные одежды рассчитывают в соответствии с "Инструкцией по проектированию дорожных одежд нежесткого типа" ВСН 46-72 (М., "Транспорт", 1973).

8.8. В основу расчета положены следующие наиболее важные в данном случае условия прочности:

в расчетный период не должно достигаться предельное равновесие по сдвигу в подстилающем грунте и в слабосвязанных материалах конструктивных слоев одежды;

напряжения в монолитных слоях одежды не должны превосходить допустимых из условия сохранения структуры материала;

растягивающие напряжения и прогибы не должны превышать допустимых из условия сохранения сплошного слоя с учетом повторности нагрузок;

толщина отдельных слоев должна быть достаточной для того, чтобы обеспечивалось надлежащее формирование слоя и надежная его работа.

8.9. В расчетах учитывают как деформативные (модули упругости), так и прочностные (сопротивление сдвигу, растяжению) характеристики материалов и грунтов, что существенно повышает надежность конструкций.

8.10. Для расчета толщины дорожной одежды, в том числе для расчета толщины каждого конструктивного слоя основания, принимают расчетные параметры, приведенные в настоящих "Методических рекомендациях".

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

26

Выход и переработка доменных шлаков по заводам СССР

Группы заводов	Годовой выход шлака, тыс.т	Количество перерабатываемого шлака, тыс.т				Количество шлака, слитого в отвал, тыс.т
		на гранулированный шлак	на пемзу	на щебень	Всего	
Заводы Урала	8505,6	5178,4	381,8	485,9	6046,1	2459,5
Заводы Востока	5293,7	3083,7	-	169,9	3253,6	2040,1
Заводы Центра	3075,0	1728,6	112,3	1133,8	2974,7	100,3
Заводы Северо-Запада	1661,6	909,4	-	26,7	936,1	725,5
Заводы Юга	16321,8	10542,5	1173,4	1944,2	13060,1	3261,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Выход и переработка сталеплавильных шлаков
по заводам СССР**

Группы заводов	Годовой выход шлаков, тыс.т	Количество перерабатываемого шлака, тыс.т			Количество шлака, смытого в отвалы, тыс.т
		на шебень	на металлическое производство	Всего	
Заводы Урала	3913,9	-	298,8	298,8	3615,1
Заводы Востока	2121,6	-	-	-	2121,6
Заводы Центра	801,0	664,0	2,0	666,0	135,0
Заводы Северо-Запада	938,0	-	-	-	938,0
Заводы Юга	7215,4	140,0	528,9	850,4	5586,1

Химический состав

Группа шлаков	Химический			
	SiO_2	Al_2O_3	CaO	MgO
По заводам Юга . . .	36+39	6+9	46+49	3+8
По заводам Центра	36+40	8+11	40+44	6+10
По заводам Востока	36+40	10+15	35+47	2+8
Магнезиальные (по заводам Востока)	34+36	14+17	29+34	12+15,5

П р и м е ч а н и е . Вид выплавляемого чугуна - передель

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

доменных шлаков

состав, %			Модуль	
FeO	MnO	S	основности	активности
$0,3 \pm 1,0$	$0,5 \pm 1,1$	$1,5 \pm 2,9$	$M_{\text{O}} = \frac{CaO + MgO}{SiO_2 + Al_2O_3}$	$M_{\text{A}} = \frac{Al_2O_3}{SiO_2}$
$0,2 \pm 0,7$	$0,1 \pm 1,0$	$0,6 \pm 2,2$	$0,99 \pm 1,11$	$0,23 \pm 0,27$
$0,2 \pm 0,6$	$0,2 \pm 1,3$	$0,4 \pm 1,6$	$0,74 \pm 1,0$	$0,26 \pm 0,42$
$0,4 \pm 0,7$	$0,7 \pm 7,6$	$0,6 - 0,65$	$0,87 \pm 0,90$	$0,4 \pm 0,5$

ный и литьевой.

Группировка сталеплавильных шлаков

Группа и тип шлаков	Химический состав				
	<i>CaO</i>	<i>SiO₂</i>	<i>MgO</i>	<i>MnO</i>	
I-Конвертерные шлаки при рабо- те на малофосфо- ристом чугуне	50-55	15-20	1-3	1,5-2,5	6-8
II-Конвертерные шлаки при рабо- те на фосфорис- том чугуне (со- держание <i>P</i> - 1,1%)	<u>40-45</u> 50-55	<u>10-12</u> 8-10	<u>1-3</u> 1-3	<u>1-2</u> 1,5-2,5	<u>8-10</u> 5-7
III-Шлаки двух- ванных печей	25-35	13-17	2-3	10-12	5-7
1У-Мартеновские шлаки при рабо- те на жидкой за- валке с интен- сивной продувкой <i>O₂</i>	<u>25-30</u> <u>25-45</u>	<u>20-25</u> 10-15	<u>2-5</u> 2-5	<u>4-12</u> 10-17	<u>6-10</u> 4-8
У-То же с обыч- ной продувкой	<u>25-35</u> 35-45	<u>22-27</u> 10-15	<u>2-5</u> 2-5	<u>4-12</u> 10-17	<u>6-10</u> 4-8
У1-То же без применения кис- лорода	<u>24-27</u> 38-45	<u>25-28</u> 12-16	<u>4-5</u> 6-7	<u>5-7</u> 10-17	<u>9-10</u> 8-16
УІІ-Мартеновские шлаки при работе на твердой за- ливке	<u>35-40</u> 40-50	<u>18-25</u> 12-20	<u>3-7</u> 4-10	<u>4-10</u> 5-12	<u>5-10</u> 4-6
Электростале- плавильные А-окислитель- ный	25-53	10-20	2-7	7-16	4-12
Б-восстанови- тельный	55-60	20-23	2-8	9-10	0,1

Примечание. Для шлаков типов II, 1У-УІІ над
ногого шлака, под чертой - для конечного.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

по химическому составу

шлака, %		FeO	Fe_2O_3	$P_2\text{O}_5$	$Ca\text{F}_2$	CaS	S
8-15	5-10	0,6-2		-		-	0,1-0,2
<u>7-12</u> 20-25	<u>5-10</u> 5-10	<u>10-12</u> 6-8		-		-	<u>0,05-0,1</u> <u>0,05-0,1</u>
20-30	7-8	1-2		-		-	0,06-0,1
<u>17-20</u> 16-18	<u>5-6</u> 6-7	<u>0,6-1,5</u> 0,5-1,3		-		-	<u>0,05-0,1</u> 0,05-0,1
<u>11-15</u> 7-10	<u>4-5</u> 5-6	<u>0,6-1,5</u> 0,5-1,3		-		-	<u>0,04-0,08</u> 0,06-0,08
<u>17-20</u> 6-7	<u>5-6</u> 6-7	<u>0,6-1,5</u> 0,5-1,3		-		-	<u>0,06</u> 0,07
<u>9-15</u> 3-12	<u>1-2</u> 2-3	<u>0,5-1,5</u> 0,5-1,3		-		-	<u>0,08-0,1</u> 0,08-0,1
6-30 0,2-0,4	1-6 -	0,4-0,1 -		5-10		0,8-1,5	-

чертой приведены данные для скрывающего или первич-

Активность шлакового вяжущего без добавок активатора

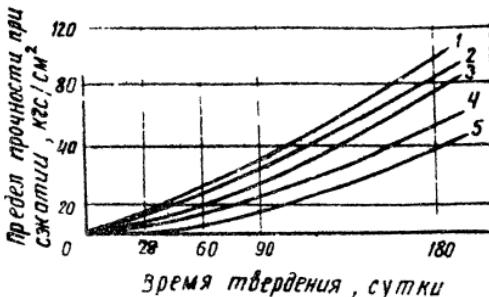


Рис.1. Влияние тонкости измельчения шлака

на его активность:

- 1-удельная поверхность $3000\text{ см}^2/\text{г}$;
- 2- $2000\text{ см}^2/\text{г}$; 3- $1700\text{ см}^2/\text{г}$; 4- $1200\text{ см}^2/\text{г}$;
- 5- $300\text{ см}^2/\text{г}$; 6- $100\text{ см}^2/\text{г}$ (неизмельченный шлак)

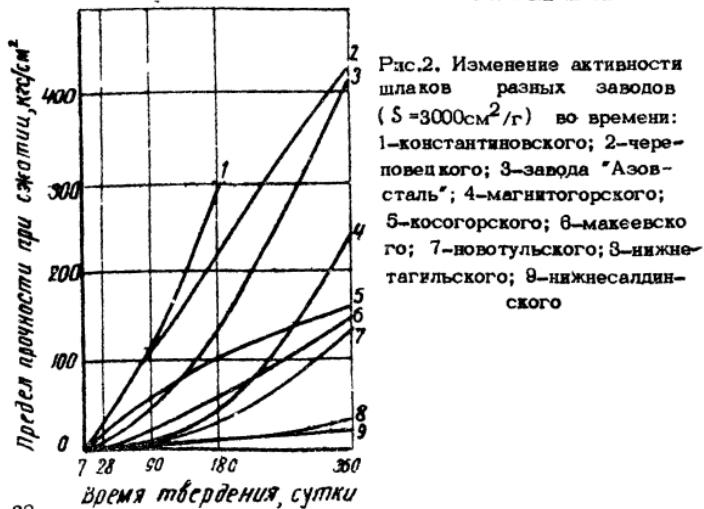


Рис.2. Изменение активности шлаков разных заводов ($S=3000\text{ см}^2/\text{г}$) во времени:
1-константиновского; 2-чертеповецкого; 3-завода "Азовсталь"; 4-магнитогорского;
5-косогорского; 6-макеевского; 7-новотульского; 8-нижнетагильского; 9-нижнесалдинского

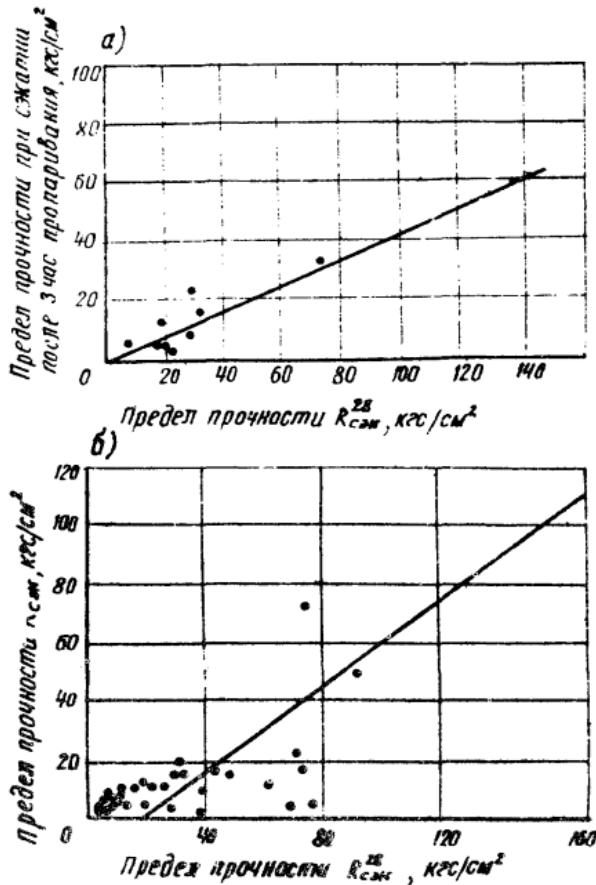


Рис.3.Корреляционные зависимости между активностью образцов шлакового вяжущего:

а-в 28-суточном возрасте и пропаренных в течение 3 час;
б-в 28-суточном и 7-суточном возрастах

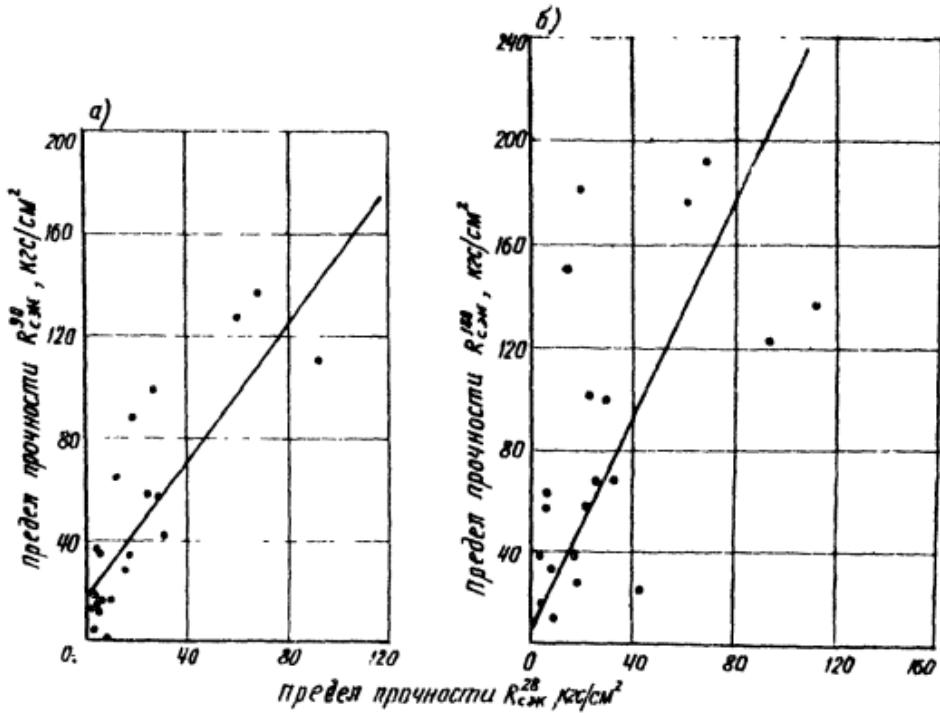


Рис.4. Корреляционные зависимости между активностью шлака в 28-суточном возрасте и прочностью в возрасте: а-90 суток; б-180 суток.

Активность шлакового вяжущего с добавкой цемента

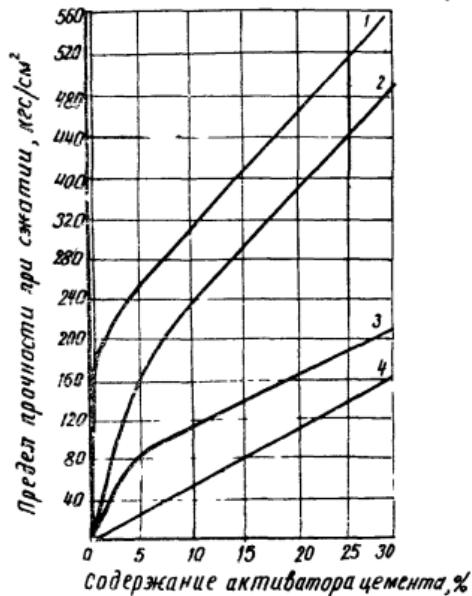


Рис.1. Влияние содержания цемента на активность шлакового вяжущего с различной удельной поверхностью:
1- $3000 \text{cm}^2/\text{г}$; 2- $1700 \text{cm}^2/\text{г}$; 3- $1200 \text{cm}^2/\text{г}$;
4- $300 \text{cm}^2/\text{г}$
4- $100 \text{cm}^2/\text{г}$

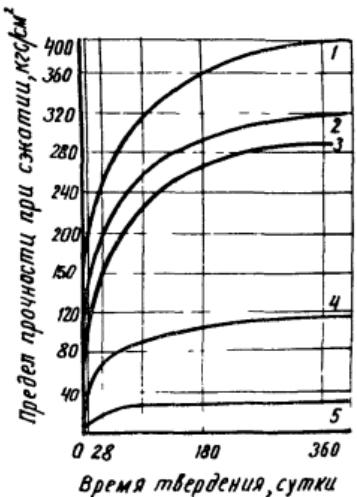


Рис.2. Изменение активности шлакового вяжущего с различной удельной поверхностью во времени:

1- $3000 \text{cm}^2/\text{г}$; 2- $1700 \text{cm}^2/\text{г}$;
3- $1200 \text{cm}^2/\text{г}$; 4- $300 \text{cm}^2/\text{г}$;
5- $100 \text{cm}^2/\text{г}$

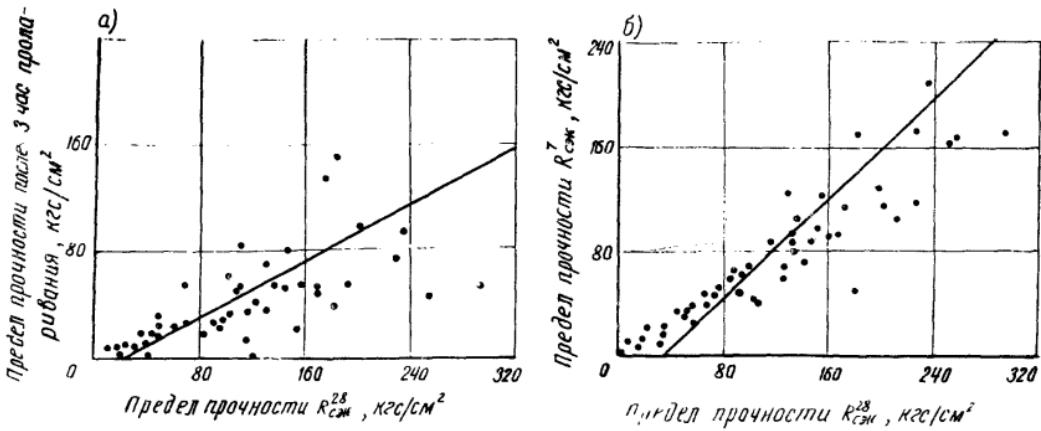


Рис.3. Корреляционные зависимости между активностью образцов шлака :
а-в 28-суточном возрасте и пропаренных в течение 3 час; б-в 28-суточ-
ном и 7-суточном возрастах

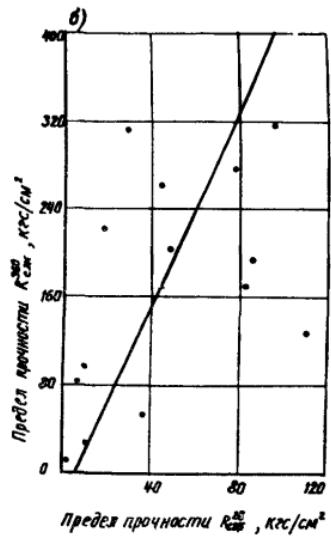
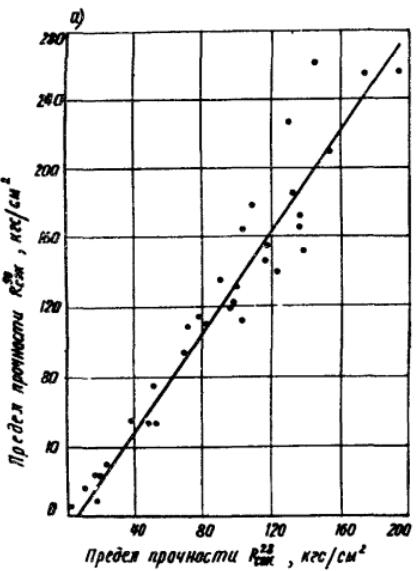


Рис.4. Корреляционные зависимости между активностью шлакового вяжущего в 28-суточном возрасте и прочностью в возрасте:
а-80 суток; б-380 суток

Приложение 7

Активность шлакового вяжущего с добавкой извести

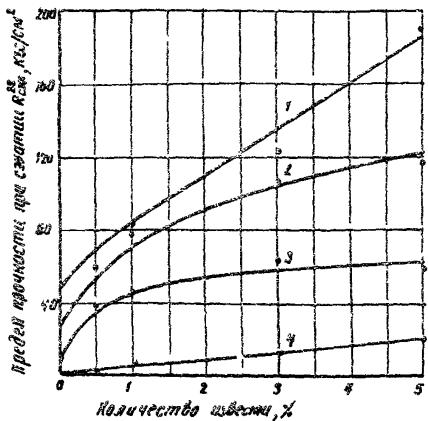


Рис.1. Влияние содержания извести на активность шлакового вяжущего с различной удельной поверхностью:
1-2000 см²/г; 2-1200 см²/г; 3-300 см²/г;
4-100 см²/г (недробленый шлак)

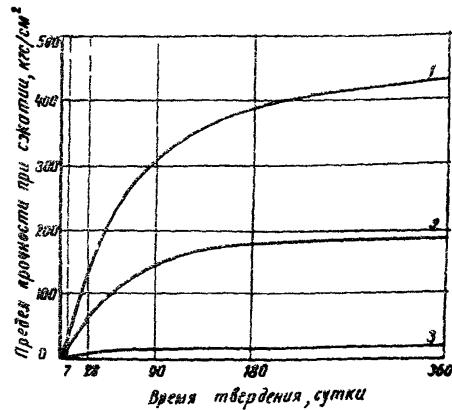


Рис.2. Изменение активности шлакового вяжущего с различной удельной поверхностью во времени:
1-2000 см²/г; 2-1200 см²/г; 3-100 см²/г
(недробленый шлак)

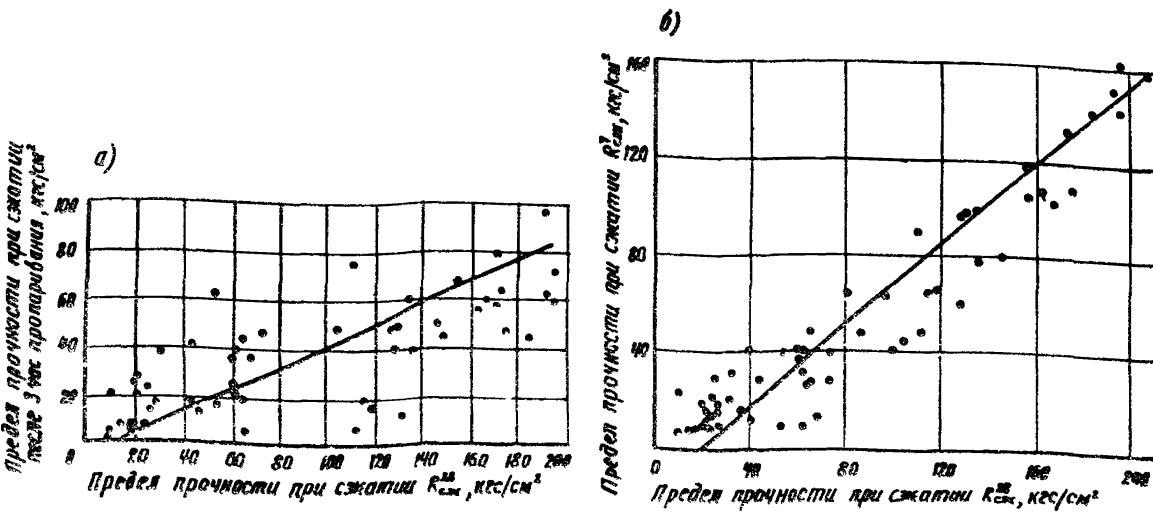


Рис.3. Корреляционные зависимости между активностью образцов шлакового вяжущего:
а-в 28-суточном возрасте и пропаренных в течение 3 час; б-в 28-суточном и
7-суточном возрастах

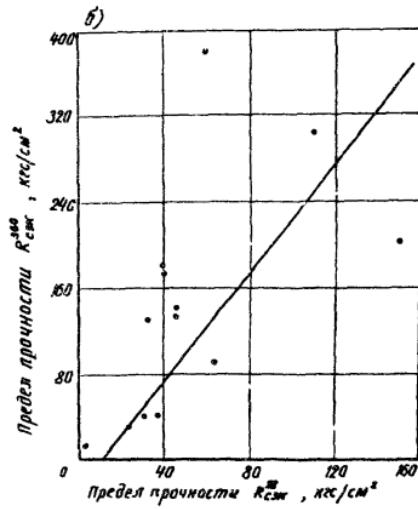
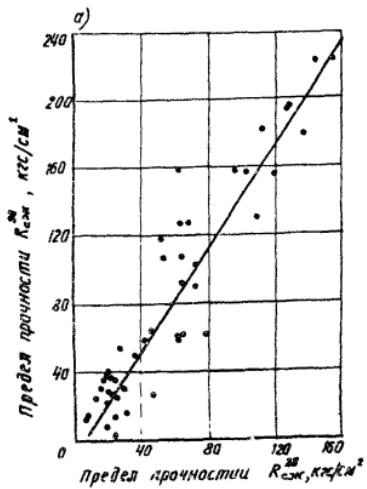


Рис.4. Корреляционные зависимости между активностью шлакового вяжущего в 28-суточном возрасте и прочностью в возрасте:
а-90 суток; б-360 суток

Приложение 8

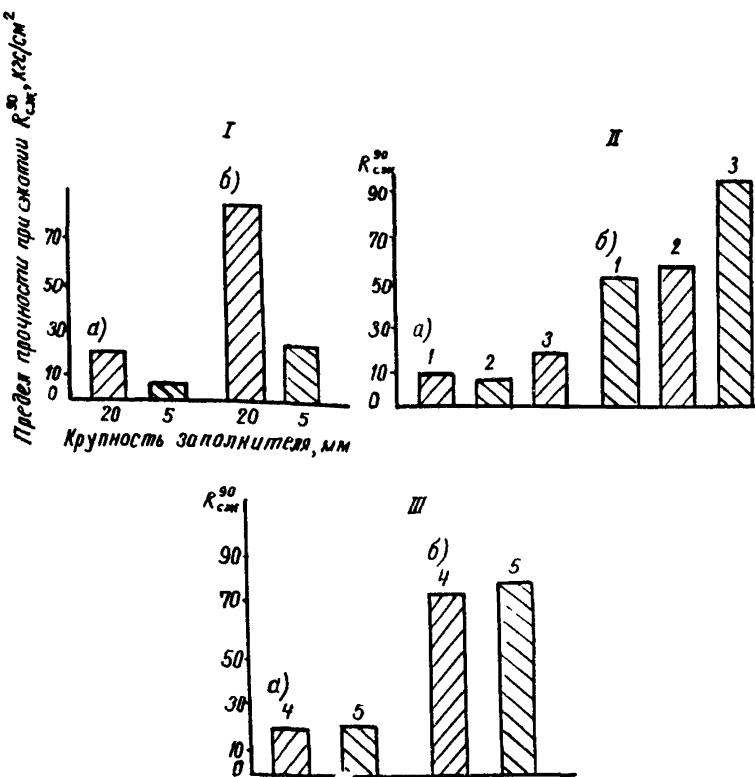


Рис.1. Влияние крупности (I), природы (II) и формы зерен (III) заполнителя на прочность обработанных смесей с активатором цементом:

а-составы с недробленым шлаком ($S = 100 \text{ cm}^2/\text{г}$);
 б-составы с измельченным шлаком ($S = 1200 \text{ cm}^2/\text{г}$);
 1-известок; 2-гранит; 3-шлак; 4-гравий; 5-щебень

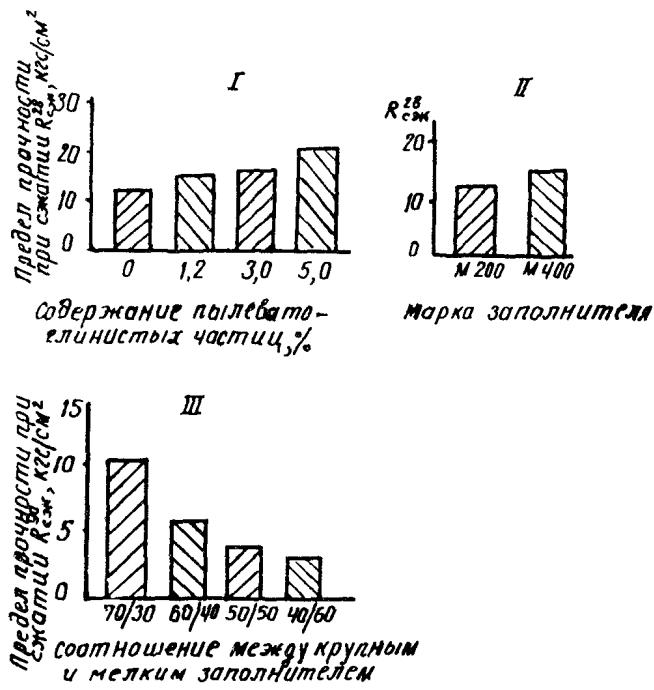


Рис.2. Зависимость прочности обработанных смесей от загрязненности(I), прочности (II) заполнителя и соотношения между крупным и мелким заполнителем (III)

Приложение 9

Влияние на предел прочности при сжатии обработанных смесей процентного содержания шлака, цемента и тонкости измельчения шлака

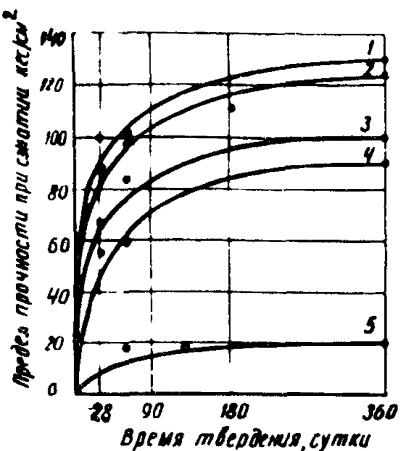


Рис.1. Изменение предела прочности при сжатии смесей с различной удельной поверхностью шлакового вяжущего во времени: 1-3000 см²/г; 2-1700 см²/г; 3-1200 см²/г; 4-900 см²/г; 5-100 см²/г

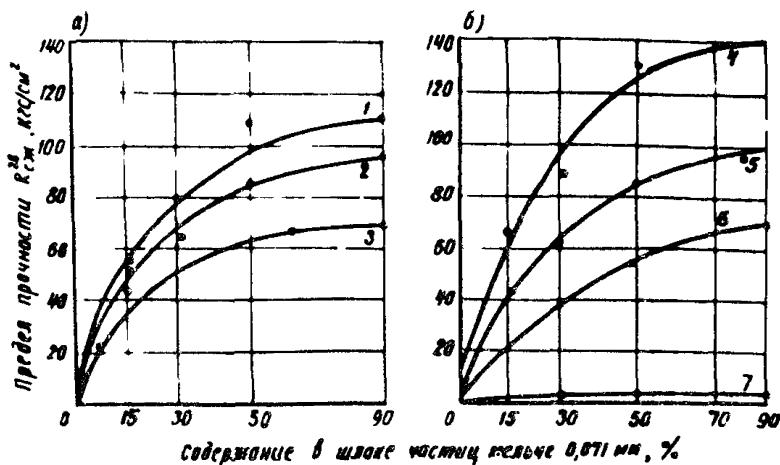


Рис.2. Зависимость предела прочности при сжатии смесей с различным содержанием шлакового вяжущего (а) и цемента (б) от тонкости его измельчения: 1-20% шлака + 2% цемента; 2-10% шлака + 2% цемента; 3-5% шлака + 2% цемента; 4-3% цемента; 5-2% цемента; 6-1% цемента; 7-0% цемента

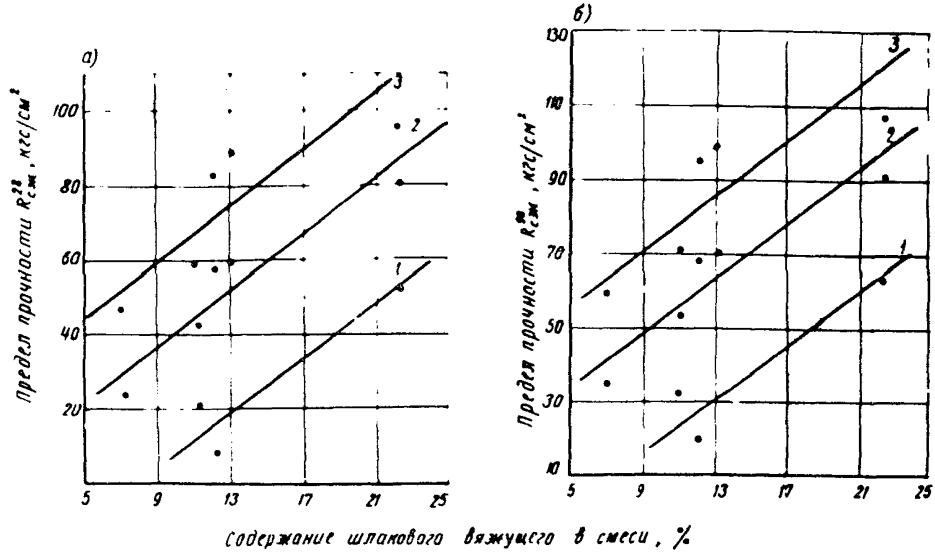


Рис.3. Корреляционные зависимости между пределом прочности при сжатии обработанных смесей в возрасте 28 суток (а) и 90 суток (б) и содержанием вяжущего различных марок :

1-100; 2-200; 3-300




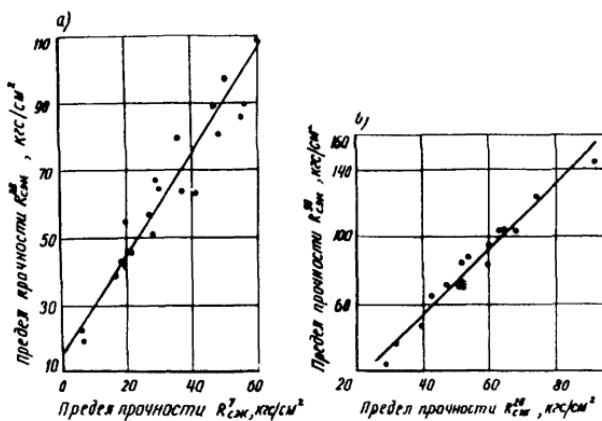


Рис.4. Корреляционные зависимости между пределами прочности при сжатии обработанных смесей в возрасте:
а-7 и 28 суток; б-28 и 90 суток


Приложение 10

23

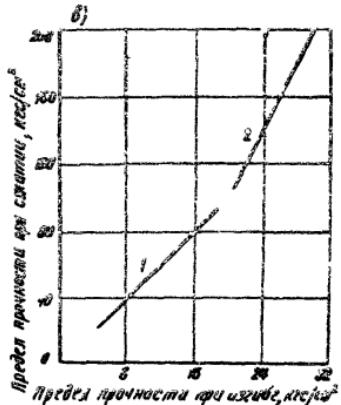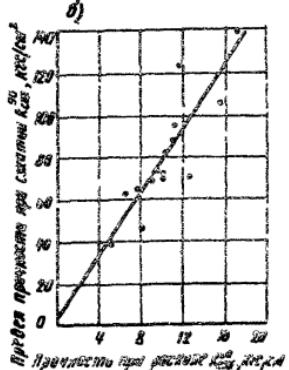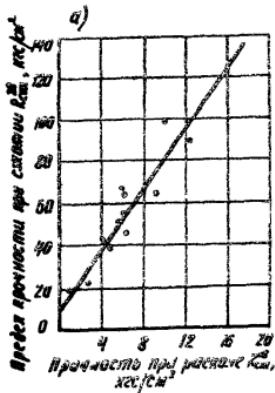

Корреляционные зависимости между пределом прочности при сжатии и расколе в возрасте 28 суток (а), в возрасте 90 суток (б), между пределом прочности при сжатии и изгибе (в): 1-по ВСН 184-78; 2-по ГОСТ 8424-72

Приложение 11

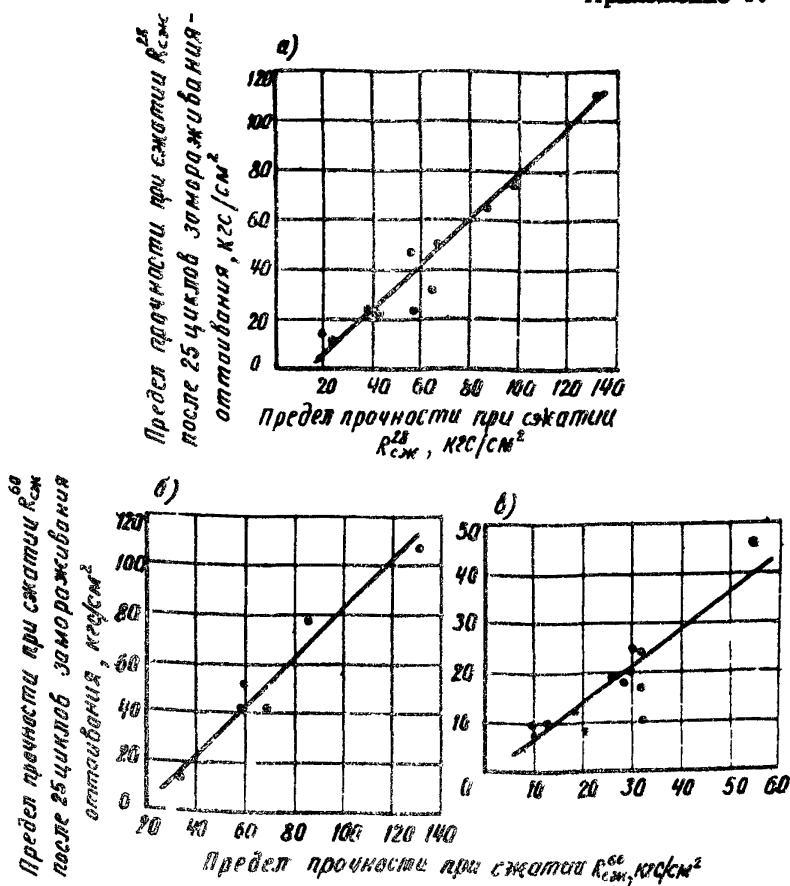

Корреляционные зависимости между пределом прочности при сжатии обработанных смесей и пределами прочности при сжатии после 25 циклов полпеременного замораживания-оттаивания для смесей с дробленым шлаком и цементом в возрасте 28 суток (а), то же в возрасте 60 суток (б), с издробленным шлаком и цементом в возрасте 60 суток (в)

Приложение 12

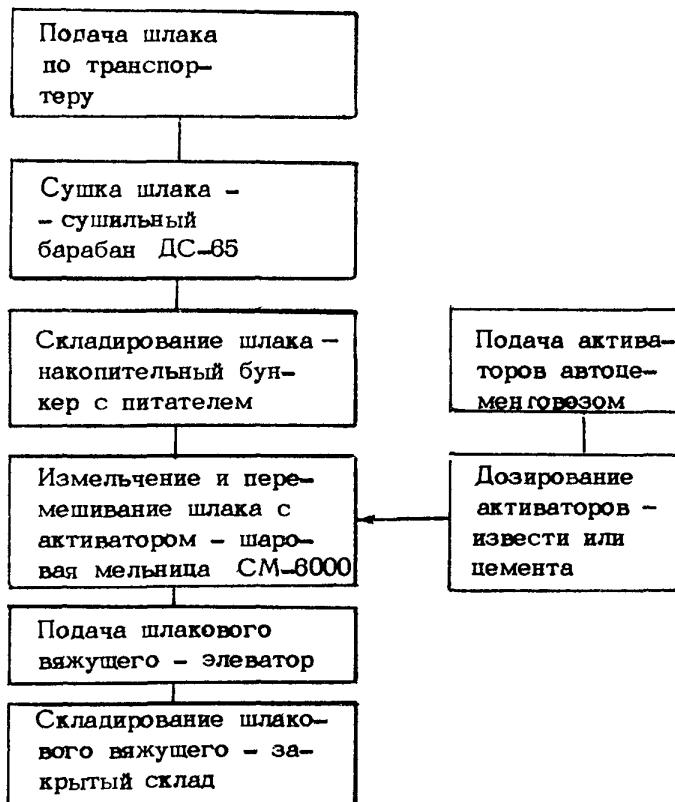


Рис.1. Технологическая схема приготовления шлакового вяжущего


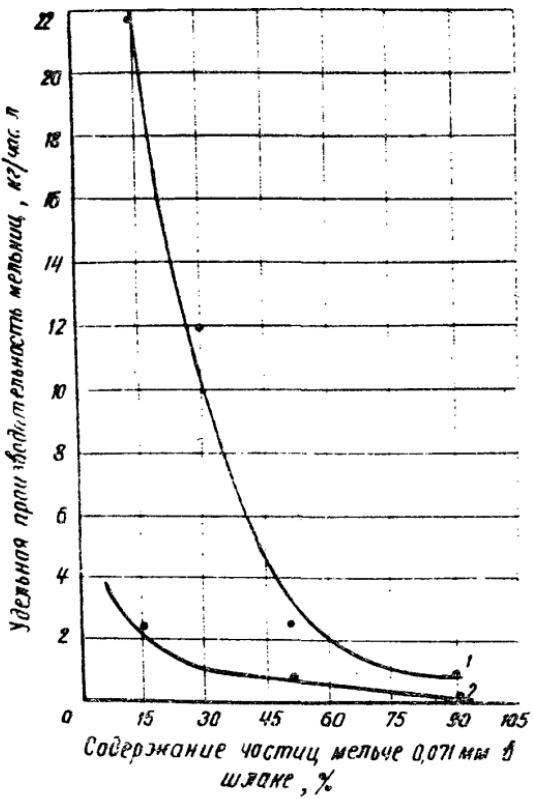



Рис.2. Зависимость производительности вибромельницы (1) и шаровой мельницы (2) от тонкости измельчения шлака

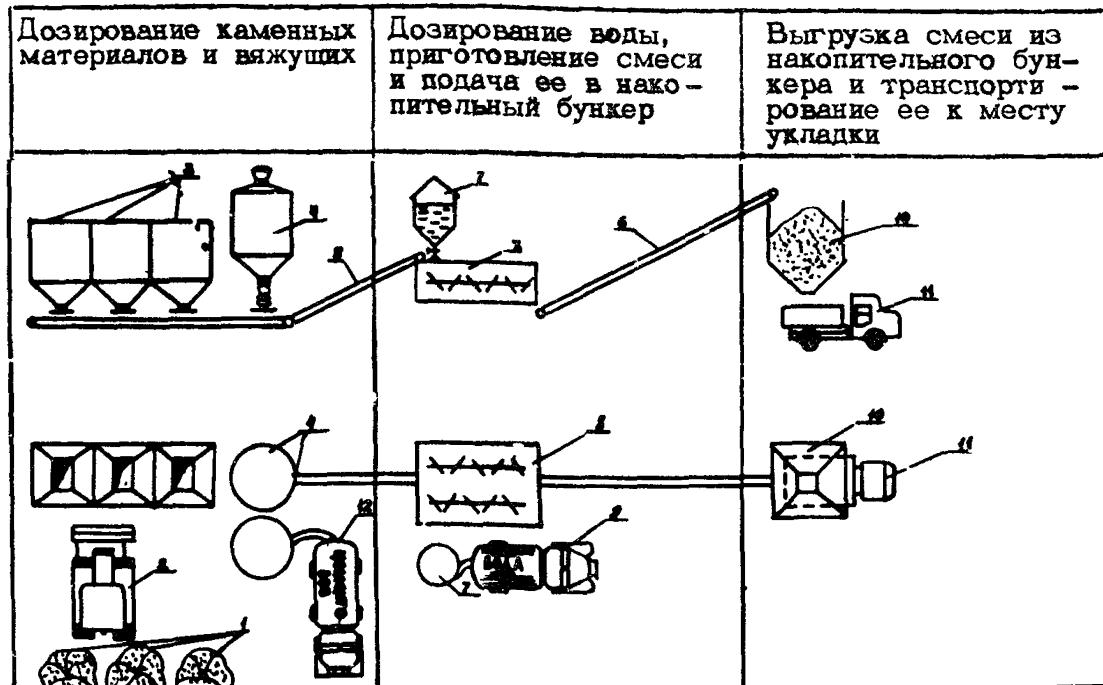

Примерная схема приготовления обработанной смеси:


- 1—склад материалов; 2—автопогрузчик; 3—расходные бункеры с дозаторами; 4—склад вяжущих; 5,6—транспортер; 7—бак для воды; 8—смеситель; 9—поливомоечная машина; 10—накопительный бункер; 11—автосамосвал; 12—цементовоз

Приложение 14

№ зах-ватки	I	II		III
Наимено-вание операции	Планировка подстилаю-щего слоя, покатка спландро-ванной по-верхности	Подача смеси из укрепленных каменных материалов, разравнивание и предварительное уплотнение, окончательное уплотнение	Уход за основанием (разлив битумной эмульсии)	Подача битумоминеральной смеси, укладка смеси, уплотнение смеси
Длина смесевой захватки, м	250	250		250
План потока		 		 
Потребное оборудование - ние	Автогрейдер Д-857 Полуприцепной пневмокаток Д-851	Самосвалы МАЗ-500Б Автогрейдер Д-857 Полуприцепной пневмокаток Д-851 Каток вибровальцевый Д-613 Каток гладковальцевый Д-469	Автогидрокаток ёмкостью 3,5т ДС-99	Самосвалы ЗИЛ-ММЗ-556 Асфальтоукладчик со следящей системой Д-899 Самоходный каток Д-827 Каток гладковальцевый Д-469


Примерная технологическая схема устройства основания из обработанных смесей автогрейдером с обеспечением требуемой ровности асфальтоукладчиком Д-899 со следящей системой

Приложение 15


Назначение	I	II	III	
Наклонование опоры	Планировка наклонистающего слоя Подкатка сплошной покровкой по поверхности	Подача смеси из укрепленных каменных материалов Разравнивание и предварительное уплотнение Окончательное уплотнение	Уход за основанием (разлив бетумной эмульсии)	Подача смеси для покрытия Укладка смеси Уплотнение смеси
Длина смесевой залежки, м	250	250		260
План потока				
Потребное оборудование	Длиннобазовый планировщик ДС-513 Полуприводной пневмокаток Д-851	Самосвалы МАЗ-500Б Универсальный укладчик Д-724 Полуприводной пневмокаток Д-851 Каток гладковальцовочный Д-489	Автогидраватор емкостью 3,3т ЕС-80	Самосвалы ЗИЛ-ММЗ-553 Универсальный укладчик Д-724 Самокождый каток Д-827 Каток гладковальцовочный Д-489

Примерная схема устройства основания из обработанных смесей универсальным укладчиком Д-724 с обеспечением требуемой ровности длиннобазовым планировщиком ДС-513


Приложение 16

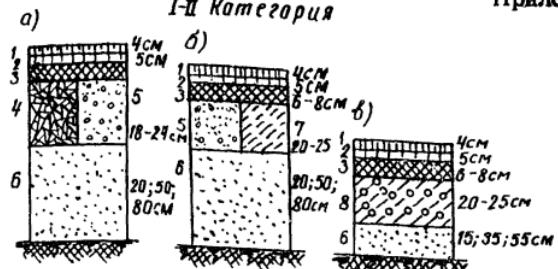

III Категория

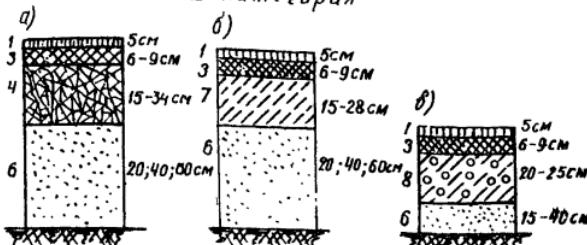

IV Категория

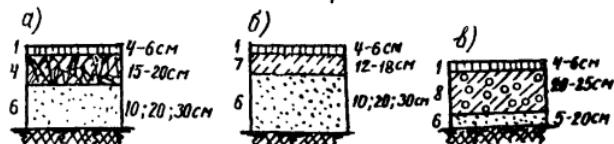

Схемы конструкций дорожных одежд с основаниями из необработанных природных каменных материалов (а), из природных каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими (б); из легких искусственных каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими (в): 1-асфальтобетон мелкозернистый (для дорог IУ категории с поверхностью обработкой 10мм); 2-асфальтобетон крупнозернистый; 3-фракционированный щебень, обработанный битумом; 4-щебень, уложенный способом заклинки; 5-цементобетон марок 75; 100; 125; 6-песок (морозозащитный слой) соответственно для I, II и III типов местности; 7-каменные материалы, обработанные неорганическими вяжущими; 8-легкие искусственные каменные материалы, обработанные неорганическими вяжущими

Оглавление	Стр.
Предисловие	3
1. Каменные материалы	4
2. Вяжущие	8
3. Прочность и причины разрушения материалов, обработанных неорганическими вяжущими	14
4. Способы регулирования прочности обработанных материалов	15
5 Основные свойства обработанных материалов	20
6. Долговечность обработанных материалов	22
7. Управление качеством технологии строительства оснований из обработанных материалов	24
8. Конструкции дорожных одежд	28
Приложения	31

Ответственный за выпуск
инж. И.Е.Тарасенко

Редактор Л.В.Крылова

Технический редактор А.В.Евстигнеева

Корректоры И.А.Рубцова, Ж.П.Иноземцева

Подписано к печати 7/III 1979г. Формат 80x84/16

Л 70457

Заказ 86-9 Тираж 700 2,4 уч.-изд.л. Цена 38 коп.
4,0 печ.л.

Участок оперативной полиграфии Союздорнии
143900 Московская обл., Балашиха-6, ш.Энтузиастов, 79