



СТАТИСТИКА

СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

# СМАЗКИ

*Издание официальное*

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР  
Москва — 1967 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Сборник «Смазки» содержит стандарты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.*

*В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак\*.*

*Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».*

<b>С С С Р</b>	<b>Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д АРТ</b>	<b>ГОСТ 6258—52</b>
Управление по стандартизации при Совете Министров Союза ССР	НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения условной вязкости	Взамен ОСТ ВКС 7872. М. И. 5г—35 Группа Б09

Настоящий стандарт распространяется на метод определения условной вязкости нефтепродуктов в вискозиметре типа ВУ (ГОСТ 1532—54).

Метод определения условной вязкости применяется для нефтепродуктов, дающих непрерывную струю в течение всего испытания и вязкость которых нельзя определить по ГОСТ 33—66.

Условной вязкостью называют отношение времени истечения из вискозиметра типа ВУ 200 мл испытуемого нефтепродукта при температуре испытания  $t$  ко времени истечения 200 мл дистиллированной воды при температуре 20°С, являющемуся постоянной (водным числом) прибора. Величина этого отношения выражается как число условных градусов.

Условная вязкость при температуре  $t$  обозначается знаком ВУ $_t$ .

Применение метода определения условной вязкости предусматривается в стандартах и ведомственных технических условиях на нефтепродукты.

### I. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. При проведении определения условной вязкости нефтепродуктов необходимы следующие аппаратура, реактивы и материалы:

а) Вискозиметр типа ВУ по ГОСТ 1532—54 (см. чертеж) и принадлежности к нему, соответствующие требованиям указанного стандарта:

треножник для установки прибора;

газовая и спиртовая горелки или электронагревательное приспособление;

четыре ртутных термометра;

две измерительные колбы.


Внесен Министерством нефтяной промышленности	Утвержден Управлением по стандартизации 4/VI 1952 г.	Срок введения 1/X 1952 г.
--	--	------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

Вискозиметр, термометры и колбы должны иметь клеймо и свидетельство о поверке их поверочным органом Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР.

Обязательной государственной поверке подлежат вискозиметры при выпуске из производства и после ремонта.

Постоянная (водное число) вискозиметра должна контролироваться лабораторией организации, которой принадлежит прибор, не реже одного раза в 4 месяца. Термометры должны поворяться поверочным органом Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР один раз в 2 года.

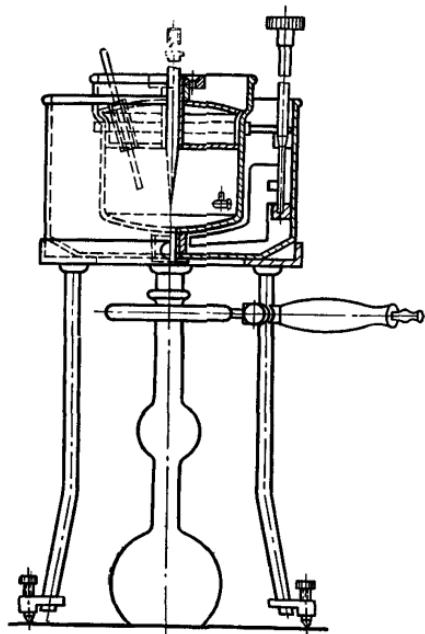

б) Секундомер или секундомер-часы с ценой деления 0,2 сек. Секундомер, применяемый при определении вязкости (различными методами), не должен употребляться для других целей. Секундомер должен поворяться поверочным органом Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР один раз в 2 года.

в) Стеклянная палочка длиной 150—250 мм, диаметром 3—5 мм, с оплавленными концами.

- г) Этиловый эфир по ГОСТ 6265—52 или петролейный эфир.
- д) Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962—67.
- е) Бензин легкий прямой перегонки, не содержащий тетраэтилсвинца (бензин «Галоша» по ГОСТ 443—56 или авиабензин Б-70 по ГОСТ 1012—54).
- ж) Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—53.
- з) Масло нефтяное, имеющее вязкость 20—60 сст и температуру вспышки в открытом тигле не ниже 180°С для заполнения ванны вискозиметра.
- и) Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026—66.

## II. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2. Определение постоянной (водного числа) вискозиметра. Постоянной (водным числом) вискозиметра типа ВУ называют время истечения из него 200 мл дистиллированной воды при температуре 20°С.

Перед определением водного числа внутренний резервуар вискозиметра промывают последовательно петролейным или этиловым эфиром, этиловым спиртом и дистиллированной водой и высушивают воздухом. Затем вискозиметр вставляют ножками в прорези треножника и закрепляют зажимными винтами. В верхнее отверстие сточной трубочки вставляют чистый, сухой стержень, не употребляемый для испытания нефтепродуктов.

Во внутренний резервуар вискозиметра наливают из предварительно тщательно вымытой последовательно хромовой смесью, водой и дистиллированной водой измерительной колбы профильтрованную дистиллированную воду, имеющую температуру 20°С, до уровня, при котором острия трех штифтов едва лишь выдаются над зеркальной поверхностью воды.

Водой такой же температуры заполняют и ванну вискозиметра до расширенной верхней части внутреннего резервуара.

Положение вискозиметра, при котором острия всех трех штифтов, указывающих высоту налива, находятся в одной горизонтальной плоскости, достигается вращением установочных винтов треножника.

Опорожненную, еще мокрую колбу подставляют под сточную трубочку внутреннего резервуара и, приподняв стержень несколько выше устройства, задерживающего его опускание, спускают всю воду из резервуара в колбу, не замеряя времени ее истечения; при этом водой наполняется и вся сточная трубочка, на нижнем конце которой повисает крупная капля воды.

Опустив конец стержня в сточную трубочку, вновь осторожно выливают воду из колбы в резервуар по стеклянной палочке, избегая разбрзгивания; опорожненную колбу держат 1—2 мин над резервуаром в опрокинутом положении, чтобы дать свободно

стечь содержащейся в ней воде, и затем колбу вновь подставляют под сточную трубочку резервуара.

Воду во внутреннем резервуаре и водяной ванне тщательно перемешивают: в первом — вращением крышки (с вставленным в нее термометром) вокруг стержня, во второй — установленной в ней крыльчатой мешалкой. Убедившись, что температура воды в обоих резервуарах равна  $20^{\circ}\text{C}$ , что в течение 5 мин отклонение температуры не превышает  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  и что уровень воды во внутреннем резервуаре установлен строго горизонтально так, что остирия всех трех штифтов лишь едва заметно выдаются над его поверхностью, приподнимают коротким движением стержень, пуская одновременно в ход секундомер (стержень удерживается автоматически в приподнятом положении), и наблюдают вытекание воды из резервуара, улавливая момент, когда нижний край мениска достигнет кольцевой метки на колбе, соответствующей вместимости 200 мл; в этот момент останавливают секундомер.

Наблюдения времени истечения 200 мл дистиллированной воды производят последовательно четыре раза; если их результаты различаются от среднего арифметического не более чем на 0,5 сек, выводят из них среднюю величину. Произведя в том же последовательном порядке еще одну серию из четырех наблюдений выводят и из них свою среднюю величину. Если обе средние величины времени истечения воды в обеих сериях наблюдений расходятся между собой не более чем на 0,5 сек, то среднее арифметическое результатов обеих серий выражает искомую водянную константу данного прибора, которая обозначается  $t_{20}^{H_2O}$ .

Для стандартного вискозиметра время истечения через сточную трубочку 200 мл воды при температуре  $20^{\circ}\text{C}$  должно быть равным  $51 \pm 1$  сек. Если водянная константа выходит из этого предела, вискозиметр к определению вязкости не допускается.

3. Подготовка пробы. Испытуемый нефтепродукт перед определением вязкости профильтровывают через сетку не менее чем с 576 отверстиями на  $1\text{ см}^2$ , а в случае наличия в нем воды сначала обезвоживают, взбалтывая со свежепрокаленной и охлажденной поваренной солью, сульфатом натрия или с зерненным хлористым кальцием, дают хорошо отстояться, а затем фильтруют через сетку.

### III. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4. Перед каждым определением условной вязкости внутренний резервуар вискозиметра и его сточную трубочку тщательно промывают чистым профильтрованным легким бензином и просушивают воздухом (вытирать внутренний резервуар нельзя, допускается снимать оставшиеся капли фильтровальной бумагой, все края которой ровно обрезаны).

5. При определении условной вязкости испытуемого нефтепродукта при заданной температуре закрывают плотно стержнем сточное отверстие вискозиметра (при закрывании сильно нажимать на стержень нельзя, так как это ведет к его быстрому изнашиванию) и наполняют внутренний резервуар подготовленным по п. 3 испытуемым нефтепродуктом, предварительно подогретым несколько выше заданной температуры определения. Необходимо следить за тем, чтобы при этом не образовалось пузырьков воздуха. Уровень налитого нефтепродукта должен быть немного выше остириев штифтов.

В ванну вискозиметра наливают воду (при определении вязкости до  $80^{\circ}\text{C}$ ) или масло (при определении вязкости при  $80\text{--}100^{\circ}\text{C}$ ), нагретые до температуры несколько выше заданной температуры определения. Для того, чтобы во все время опыта температура испытуемого нефтепродукта была одна и та же и соответствовала температуре определения, поступают следующим образом: температуру нефтепродукта, налитого во внутренний резервуар, доводят точно до заданной температуры, выдерживают ее в течение 5 мин с отклонениями, не превышающими  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , замечают соответствующую температуру жидкости в ванне (обычно на  $0,2\text{--}0,5^{\circ}\text{C}$  выше температуры нефтепродукта) и поддерживают ее на этом уровне с точностью до  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  во все время опыта, перемешивая содержимое ванны мешалкой и, когда нужно, слегка подогревая горелкой или электрическим прибором.

Подняв немного стержень, дают стечь излишку нефтепродукта с тем, чтобы острия всех трех штифтов лишь едва заметно выдавались над уровнем нефтепродукта.

В том случае, если нефтепродукта вытечет больше, чем нужно, следует добавить его по каплям до конца остириев, следя за тем, чтобы в нефтепродукте не оставалось пузырьков воздуха.

Установив вискозиметр, закрывают его крышкой и под сточное отверстие ставят чистую сухую измерительную колбу. Нефтепродукт непрерывно перемешивают термометром, осторожно вращая вокруг стержня крышку прибора, в которую вставлен термометр.

Когда находящийся в нефтепродукте термометр будет показывать точно заданную температуру определения, следует выждать еще 5 мин, быстро вынуть стержень и одновременно нажать кнопку секундометра. Когда нефтепродукт в измерительной колбе дойдет точно до метки, соответствующей 200 мл (пена в расчет не принимается), секундомер останавливают и отсчитывают время истечения нефтепродукта с точностью до 0,2 сек.

#### IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

6. Условную вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре  $t$  ( $\text{ВУ}_t$ ) в условных градусах вычисляют по формуле:

$$BV_t = \frac{\tau_t}{\tau_{20}^{H_2O}},$$

где:

$\tau_t$  — время истечения из вискозиметра 200 мл испытуемого нефтепродукта при температуре испытания  $t$  в сек;

$\tau_{20}^{H_2O}$  — водное число вискозиметра в сек.

Пример.

Водное число вискозиметра —  $\tau_{20}^{H_2O} = 51,4$  сек.

Время истечения из вискозиметра 200 мл нефтяного топлива (мазута) марки 60 при температуре 80° С —  $\tau_{80} = 472,8$  сек.

Условная вязкость испытуемого нефтяного топлива при температуре 80° С будет равна:

$$BV_{80} = \frac{\tau_{80}}{\tau_{20}^{H_2O}} = \frac{472,8}{51,4} = 9,2 \text{ условных градуса.}$$

#### V. ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

7. Расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать следующих величин:

при времени истечения до 250 сек . . . . .	1 сек
»       »       »       от 251 до 500 сек . . . . .	3 »
»       »       »       » 501 » 1000 сек . . . . .	5 »
»       »       »       более 1000 сек . . . . .	10 »

#### Замена

- ГОСТ 1532—54 введен взамен ГОСТ 1532—42.
- ГОСТ 33—66 введен взамен ГОСТ 33—46.
- ГОСТ 6265—52 введен взамен ОСТ НКТП 2576.
- ГОСТ 443—56 введен взамен ГОСТ 443—50.
- ГОСТ 1012—54 введен взамен ГОСТ 1012—46.
- ГОСТ 12026—66 введен взамен ОСТ НКЛес 6717/58.
- ГОСТ 5962—67 введен взамен ГОСТ 5962—51.

**ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК**  
*(по порядку номеров)*

Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.	Номер стандарта	Стр.
32—53	266	2854—51	250	6370—59	347
33—66	365	2967—52	17	6405—52	404
542—50	264	3005—51	20	6407—52	415
782—59	119	3045—51	107	6411—52	276
783—53	152	3164—52	239	6479—53	454
784—53	235	3257—53	49	6707—57	458
797—64	211	3260—54	112	6708—53	51
982—56	260	3276—63	8	6757—53	252
1013—49	227	3333—55	13	6764—53	393
1033—51	23	4096—62	304	6793—53	384
1036—50	468	4113—48	116	6824—54	134
1045—41	154	4118—53	125	7142—54	462
1128—55	269	4225—54	256	7143—54	424
1304—60	158	4366—64	44	7163—63	436
1437—56	398	4699—53	442	7580—55	496
1461—59	360	4874—49	59	8295—57	200
1510—60	327	4952—49	61	8312—57	140
1544—52	130	5078—49	79	8551—57	306
1548—42	484	5211—50	473	8622—57	37
1631—61	25	5262—50	173	8773—63	197
1642—50	243	5344—50	70	8804—58	35
1707—51	247	5346—50	432	8893—58	55
1805—51	258	5570—50	53	9127—59	98
1840—51	245	5573—50	110	9179—59	407
1841—51	274	5649—51	47	9270—59	162
1842—52	224	5656—60	83	9432—60	89
1862—63	231	5702—51	101	9433—60	451
1957—52	28	5703—65	3	9566—60	65
2188—51	181	5730—51	63	9645—61	41
2263—59	278	5734—62	465	9762—61	77
2477—65	352	5757—67	480	9811—61	123
2488—47	308	5985—59	380	9974—62	104
2517—60	317	6037—51	448	9975—62	57
2605—51	85	6243—64	489	10584—63	315
2633—48	446	6258—52	387	10586—63	311
2649—52	72	6267—59	30	10877—64	15
2712—52	121	6307—60	357	11010—64	93
				11059—64	67
				11110—64	96
				111613—65	33
				12030—66	486
				12031—66	5

## СОДЕРЖАНИЕ

### I. Смазки универсальные

ГОСТ 5703—65 Консталин синтетический. Технические требования . . . . .	3
ГОСТ 12030—66 Смазка ВНИИ НП-223. Технические требования . . . . .	5
ГОСТ 3276—63 Смазка ГОИ-54п. Технические требования . . . . .	8
ГОСТ 12031—66 Смазка для электроверетен (смазка ВНИИ НП-262). Технические требования . . . . .	11
ГОСТ 3333—55 Смазка графитная (УСсА). Технические условия . . . . .	13
ГОСТ 10586—63 Смазка ПВК (пушечная). Технические требования . . . . .	15
ГОСТ 2967—52 Смазка приборная АФ-70 (смазка УНМА). Технические условия . . . . .	17
ГОСТ 3005—51 Смазка пушечная (смазка УНЗ). Технические условия . . . . .	20
ГОСТ 1033—51 Смазка универсальная среднеплавкая УС (солидол жировой). Технические условия . . . . .	23
ГОСТ 1631—61 Смазка 1-13 жировая. Технические требования . . . . .	25
ГОСТ 1957—52 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой). Технические условия . . . . .	28
ГОСТ 6267—59 Смазка ЦИАТИМ-201. Технические требования . . . . .	30
ГОСТ 11110—64 Смазка ЦИАТИМ-202. Технические требования . . . . .	33
ГОСТ 8773—63 Смазка ЦИАТИМ-203. Технические требования . . . . .	35
ГОСТ 8551—57 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические требования . . . . .	37
ГОСТ 9433—60 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические требования . . . . .	41
ГОСТ 4366—64 Солидол синтетический. Технические требования . . . . .	44

### II. Смазки индустриальные

ГОСТ 5649—51 Смазка индустриальная для подшипников Каретникова ИПК. Технические условия . . . . .	47
ГОСТ 3257—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП1). Технические условия . . . . .	49
ГОСТ 6708—53 Смазка индустриальная для прокатных станов (смазка ИП2). Технические условия . . . . .	51
ГОСТ 5570—50 Смазка индустриальная канатная ИК (мазь канатная). Технические условия . . . . .	53
ГОСТ 8804—58 Смазка индустриальная metallurgическая № 10. Технические требования . . . . .	55
ГОСТ 9974—62 Смазка индустриальная metallurgическая № 137. Технические требования . . . . .	57
ГОСТ 4874—49 Смазка ротационная (смазка ИР). Технические условия . . . . .	59
ГОСТ 4952—49 Смазка текстильная (смазка ИТ). Технические условия . . . . .	61

### III. Смазки автотракторные

ГОСТ 5730—51 Смазка автомобильная для переднего ведущего моста АМ (карданный). Технические условия . . . . .	63
ГОСТ 9432—60 Смазка автомобильная ЯНЗ-2. Технические требования . . . . .	65

#### IV. Смазки различного назначения

ГОСТ 11010—64	Жир синтетический для кожевенной промышленности (кожевенная смазка). Технические требования . . . . .	67
ГОСТ 5344—50	Паста кожевенная эмульгирующая. Технические условия . . . . .	70
ГОСТ 2649—52	Смазка амуничная. Технические условия . . . . .	72
ГОСТ 7171—63	Смазка бензиноупорная. Технические требования . . . . .	74
ГОСТ 9645—61	Смазка вакуумная. Технические требования . . . . .	77
ГОСТ 5078—49	Смазка лейнерная (смазка ВЛ). Технические условия . . . . .	79
ГОСТ 5656—60	Смазка графитная БВН-1. Технические требования . . . . .	83
ГОСТ 2605—51	Смазка жировая для юфтевой обуви. Технические условия . . . . .	85
ГОСТ 9185—59	Смазка консервационная К-15. Технические требования . . . . .	89
ГОСТ 10877—64	Смазка консервационная К-17. Технические требования . . . . .	93
ГОСТ 11059—64	Смазка консервационная СХК. Технические требования . . . . .	96
ГОСТ 8893—58	Смазка консервационная ЦИАТИМ-215. Технические тре- бования . . . . .	98
ГОСТ 5702—51	Смазка предохранительная СП-3 (смазка 59ц). Техниче- ские условия . . . . .	101
ГОСТ 9811—61	Смазка ружейная жидкая РЖ. Технические требования . . . . .	104
ГОСТ 3045—51	Смазка ружейная (смазка ВО). Технические условия . . . . .	107
ГОСТ 5573—50	Смазка самолетомоторная тугоплавкая СТ (смазка НК-50). Технические условия . . . . .	110
ГОСТ 3260—54	Смазка снарядная (смазка ВС). Технические условия . . . . .	112
ГОСТ 4113—48	Состав предохранительный (смазка ПП-95/5). Технические условия . . . . .	116
ГОСТ 782—59	Смазка УН (вазелин технический). Технические условия . . . . .	119

#### V. Смазки морские

ГОСТ 2712—52	Смазка АМС. Технические условия . . . . .	121
ГОСТ 9762—61	Смазка МС-70. Технические требования . . . . .	123

#### VI. Компоненты смазок

ГОСТ 4118—53	Асидолы. Технические условия . . . . .	125
ГОСТ 1544—52	Битумы нефтяные дорожные. Технические условия . . . . .	130
ГОСТ 6824—54	Глицерин дистиллированный . . . . .	134
ГОСТ 8295—57	Графит П . . . . .	140
ГОСТ 783—53	Гудрон масляный. Технические условия . . . . .	152
ГОСТ 1045—41	Жир животный технический . . . . .	154
ГОСТ 1304—60	Жиры морских млекопитающих и рыб технические . . . . .	158
ГОСТ 9179—59	Известь строительная . . . . .	162
ГОСТ 5262—50	Коллоидно-графитовые препараты масляные . . . . .	173
ГОСТ 2188—51	Каучук синтетический (натрий бутадиеновый) . . . . .	181
ГОСТ 8622—57	Компонент консистентных смазок. Синтетические жирные кислоты. Технические требования . . . . .	197
ГОСТ 7580—55	Кислота олеиновая техническая (олеин) . . . . .	200
ГОСТ 797—64	Канифоль сосновая . . . . .	211
ГОСТ 1842—52	Керосин тракторный. Технические условия . . . . .	224
ГОСТ 1013—49	Масла авиационные. Технические условия . . . . .	227
ГОСТ 1862—63	Масла автотракторные. Технические требования . . . . .	231
ГОСТ 3164—52	Масло вазелиновое медицинское. Технические условия . . . . .	239
ГОСТ 1642—50	Масло веретенное АУ. Технические условия . . . . .	243
ГОСТ 1840—51	Масла для высокоскоростных механизмов. Технические условия . . . . .	245
ГОСТ 1707—51	Масла индустриальные (веретенные и машинные). Техни- ческие условия . . . . .	247
ГОСТ 2854—51	Масла индустриальные выщелоченные. Технические усло- вия . . . . .	250
ГОСТ 6757—53	Масло касторовое техническое . . . . .	252

ГОСТ	4225—54	Масло парфюмерное. Технические условия . . . . .	256
ГОСТ	1805—51	Масло приборное (МВП). Технические условия . . . . .	258
ГОСТ	982—56	Масло трансформаторное. Технические условия . . . . .	260
ГОСТ	542—50	Масло трансмиссионное автотракторное. Технические условия . . . . .	264
ГОСТ	32—53	Масла турбинные. Технические условия . . . . .	266
ГОСТ	1128—55	Масло хлопковое . . . . .	269
ГОСТ	1841—51	Масла цилиндровые легкие (цилиндровое 2, Вискозин). Технические условия . . . . .	274
ГОСТ	6411—52	Масла цилиндровые тяжелые (Вапор, цилиндровое 6). Технические условия . . . . .	276
ГОСТ	2263—59	Натр едкий технический (сода каустическая) . . . . .	278
ГОСТ	784—53	Парафины нефтяные . . . . .	295
ГОСТ	4096—62	Петролатум. Технические требования . . . . .	304
ГОСТ	8312—57	Присадка ЦИАТИМ-339. Технические условия . . . . .	306
ГОСТ	2488—47	Церезин. Технические условия . . . . .	308
ГОСТ	10584—63	Присадки МНИ к маслам и смазкам. Технические требования . . . . .	311
ГОСТ	9975—62	Кислоты синтетические жирные для производства смазок (СЖКС). Технические требования . . . . .	315

## VII. Отбор проб и методы испытаний

ГОСТ	2517—60	Нефтепродукты. Методы отбора проб . . . . .	317
ГОСТ	1510—60	Нефтепродукты. Упаковка и маркировка. Хранение и транспортирование . . . . .	327
ГОСТ	6370—59	Нефтепродукты и присадки. Метод определения содержания механических примесей . . . . .	347
ГОСТ	2477—65	Нефтепродукты. Метод количественного определения содержания воды . . . . .	352
ГОСТ	6307—60	Нефтепродукты. Метод определения водорастворимых кислот и щелочей . . . . .	357
ГОСТ	1461—59	Нефтепродукты. Метод определения зольности . . . . .	360
ГОСТ	33—66	Нефтепродукты. Метод определения кинематической вязкости . . . . .	365
ГОСТ	5985—59	Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа . . . . .	380
ГОСТ	6793—53	Нефтепродукты. Метод определения температуры каплепадения . . . . .	384
ГОСТ	6258—52	Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости . . . . .	387
ГОСТ	6764—53	Нефтепродукты. Метод определения числа омыления и содержания свободных жиров . . . . .	393
ГОСТ	1437—56	Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения содержания серы . . . . .	398
ГОСТ	6405—52	Смазки консистентные. Метод ВНИИТНефти определения содержания водорастворимых мыл . . . . .	404
ГОСТ	9127—59	Смазки консистентные. Методы определения вязкости и предела прочности пластивискоизметром . . . . .	407
ГОСТ	6407—52	Смазки консистентные. Метод определения густоты (остаточного напряжения сдвига) . . . . .	415
ГОСТ	7142—54	Смазки консистентные. Метод определения коллоидной стабильности . . . . .	424
ГОСТ	9566—60	Смазки консистентные. Метод определения испаряемости в чашечках-испарителях . . . . .	428
ГОСТ	5346—50	Смазки консистентные. Метод определения пенетрации . . . . .	432
ГОСТ	7143—54	Смазки консистентные. Метод определения предела прочности . . . . .	436

ГОСТ 4699—53 Смазки консистентные. Метод определения предохранительных свойств . . . . .	442
ГОСТ 2633—48 Смазки консистентные. Метод определения синерезиса . . . . .	446
ГОСТ 6037—51 Смазки консистентные. Метод определения склонности к сползанию . . . . .	448
ГОСТ 9270—59 Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей при помощи камеры для счисления . . . . .	451
ГОСТ 6479—53 Смазки консистентные. Метод определения содержания механических примесей с применением разложения кислотой . . . . .	454
ГОСТ 6707—57 Смазки консистентные. Метод определения содержания свободных щелочей и свободных органических кислот . . . . .	458
ГОСТ 6953—54 Смазки консистентные. Метод определения способности смазки сохранять на поверхности металла непрерывный слой . . . . .	462
ГОСТ 5734—62 Смазки консистентные. Метод определения стабильности против окисления . . . . .	465
ГОСТ 1036—50 Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания механических примесей . . . . .	468
ГОСТ 5211—50 Смазки консистентные. Метод Техрацнефти определения содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот . . . . .	473
ГОСТ 5757—67 Смазки консистентные. Ускоренный метод определения коррозионного действия на металлы . . . . .	480
ГОСТ 1548—42 Смазки специальные. Качественный метод определения воды . . . . .	484
ГОСТ 11613—65 Смазки твердые. Метод определения истираемости и антифрикционных свойств твердых смазочных покрытий . . . . .	486
ГОСТ 6243—64 Эмульсолы и пасты. Методы испытаний . . . . .	489
ГОСТ 7163—63 Нефтепродукты. Метод определения вязкости автоматическим капиллярным вискозиметром . . . . .	496

---

**Сборник стандартов «СМАЗКИ»**

Редактор *В. Г. Сазонова*

Обложка художника *Н. А. Савенко*

Технический редактор *Е. З. Ращевская*

Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в набор 29/IX 1966 г. Подписано в печать 24/V 1967 г.  
Формат 60×90<sup>1</sup>/16. Бумага типографская № 3. 32,0 печ. л. 30,3 уч.-изд. л.

Тираж 15 000. Изд. № 933/2. Зак. 778

Цена 1 р. 62 к.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4

---

Великолукская городская типография Псковского областного  
управления по печати, г. Великие Луки, Половская, 13

**Изменение № 1 ГОСТ 6258—52 Нефтепродукты. Метод определения условной вязкости**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.01.80 № 456 срок введения установлен**

**с 01.05.80**

Пункт 1. Подпункт *a*. Первый абзац изложить в новой редакции::  
«Вискозиметр типа ВУ по ГОСТ 1532—54 (чертеж)»;  
подпункт *г*. Исключить слова: «по ГОСТ 6265—52»;  
подпункт *д* изложить в новой редакции:  
«д) Спирт этиловый по ГОСТ 17299—78, ГОСТ 11547—76 или ГОСТ 18300—72»;  
подпункт *е*. Заменить ссылку: ГОСТ 443—56 на ГОСТ 443—76;

*(Продолжение см. стр. 52)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 6258—52)*

подпункт и. Заменить ссылку: ГОСТ 12026—66 на ГОСТ 12026—76.

Пункт 2. Восьмой абзац. Заменить норму:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  на  $0,5^{\circ}\text{C}$ ; исключить слова: «(стержень удерживается автоматически в приподнятом положении)».

Пункт 5. Второй абзац. Заменить норму:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  на  $0,5^{\circ}\text{C}$  (2 раза).

Пункт 6. Первый абзац дополнить словами: «За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений».

(ИУС № 3 1980 г.)