



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

---

## **ПОЛИАМИДЫ**

**МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ**

**ГОСТ 25055—87**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ПОЛИАМИДЫ****Манометрический метод определения воды**

Polyamides. Manometrical method for water determination

**ГОСТ  
25055—87**

ОКСТУ 2209

Срок действия с 01.01.89  
до 01.01.94**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на полиамиды в гранулах и устанавливает манометрический метод определения массовой доли воды.

Сущность метода заключается в измерении давления паров воды, выделяющейся при нагревании полиамида в вакууме. Давление паров воды прямо пропорционально массовой доле воды. Метод применяется для определения массовой доли воды не более 5%.

Стандарт не распространяется на полиамиды наполненные, пластифицированные и порошкообразные.


**1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ**

1.1. Метод и место отбора проб, массу проб и условия их хранения, исключающие попадание влаги из воздуха, указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

**2. СРЕДСТВА АНАЛИЗА**

Установка лабораторная (см. чертеж), состоящая из стеклянной трубки 2; вакуумных одноходовых 3, двухходовых 1, трехходовых 4 кранов по ГОСТ 7995—80 или других нестандартных кранов, обеспечивающих герметичность установки; колб 8 и 5 для улавливания выделяющихся паров воды вместимостью 2 и 0,5 л; U-образной трубки 6 длиной 300 мм (масляный манометр) с ша-



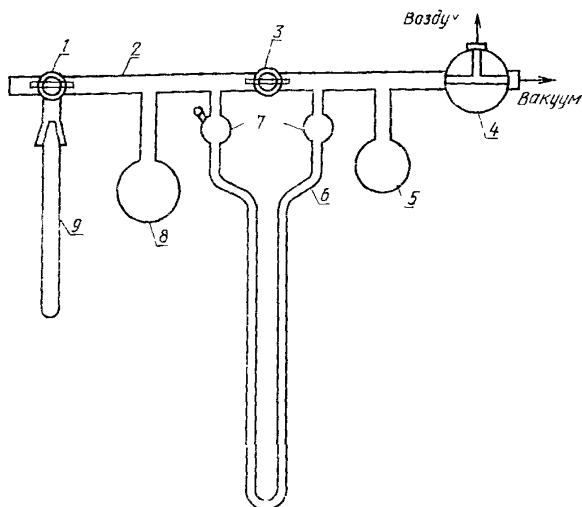

рообразными расширениями 7 в верхней части для улавливания масла; пробирки 9 для образца длиной 180 мм внешним диаметром 17—18 мм; вакуумного насоса типа НВР по ГОСТ 14707—82 или другого, имеющего аналогичные характеристики; нагревательного устройства; автотрансформатора регулировочного типа ЛАТР-2; ртутного манометра с ценой деления шкалы 1 мм, термометра по ГОСТ 215—73 группы 1 № 4 или 5.

Эксикатор по ГОСТ 25336—82.

Баня масляная (кремнийорганическая) или другое терморегулирующее устройство, обеспечивающее температуру  $(220 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

Тигель ТКПН-100 по ГОСТ 19908—80.

Жидкости полиэтиленсилоксановые по ГОСТ 13004—77 типа ПЭС-5.

Эфир дибутиловый или хлороформ по ГОСТ 20015—74.

Натрий молибденовокислый по ГОСТ 10931—74, ч. д. а. или х. ч. или медь сернистая 5-водная по ГОСТ 4165—78.

Смазка вакуумная любая, обеспечивающая герметичность установки.

Кальций хлористый плавленный.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие, имеющие аналогичные метрологические характеристики.

Печь муфельная или шкаф сушильный.

### 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

#### 3.1. Проверка установки на герметичность

Краны и шлифы установки тщательно протирают тампоном, смоченным эфиром или хлороформом, смазывают вакуумной смазкой и плотно притирают так, чтобы краны вращались без рывков и скрипа.

Затем поворотом крана 1 соединяют пустую пробирку с установкой, поворотом крана 3 соединяют колбы 8 и 5. Поворотом крана 4 соединяют установку с вакуумным насосом, открывают кран ртутного манометра и после этого включают вакуум-насос. Всю систему разряжают до остаточного давления не более 100 Па (0,7 мм рт. ст.) по манометру.

По достижении указанного давления медленно, не допуская резкого скачка ртути в манометре, поворотом крана 4 отсоединяют установку от вакуум-насоса и соединяют вакуум-насос с воздухом.

Выключают вакуум-насос, перекрывают кран ртутного манометра и кран 8 и оставляют на  $(1,0 \pm 0,1)$  ч. Установка считается герметичной, если по истечении этого времени разница уровней в масляном манометре не будет превышать 2 мм.

#### 3.2. Определение массовой доли воды в молибденовокислом натрии

Около 6,500—7,500 г молибденовокислого натрия помещают в тигель, прокаленный до постоянной массы, и высушивают в муфельной печи при температуре  $(200 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение  $(1,0 \pm 0,1)$  ч. Затем тигель охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием и взвешивают таким же образом.

Массовую долю воды ( $W$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$W = \frac{m_0 - m}{m_0} \cdot 100,$$

где  $m_0$  — масса молибденовокислого натрия до прокаливания, г;

$m$  — масса молибденовокислого натрия после прокаливания, г.

#### 3.3. Определение константы пропорциональности установки

Около 0,030—0,040 г молибденовокислого натрия помещают в пробирку, которую присоединяют к установке. При этом кран 1 должен быть закрыт. Открывают кран 3, поворотом крана 4 соединяют установку с вакуум-насосом, открывают кран ртутного манометра и включают вакуум-насос.

Систему вакуумируют до установления остаточного давления не более 100 Па (0,7 мм рт. ст.), затем открывают кран 1. Уровни жидкости в масляном манометре при этом меняются. Когда уровни жидкости вновь будут одинаковыми, то медленно, не до-

пуская резкого скачка ртути в манометре насоса, поворачивают кран 4, отсоединяя установку от вакуум-насоса и соединяя насос с воздухом. Затем выключают вакуум-насос, перекрывают кран ртутного манометра и кран 3.

Под пробирку подводят масляную баню таким образом, чтобы нагревалась только та часть пробирки, в которую помещена навеска. Температура нагрева  $(200 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

Отмечают разность уровней в масляном манометре, измеряя ее с погрешностью не более 1 мм. Определение заканчивают, когда разность остается постоянной и не изменяется в течение  $(10 \pm 2)$  мин. Снова фиксируют разницу уровней жидкости в манометре.

Сначала прекращают нагрев, затем открывают кран 3 и, медленно поворачивая кран 4, соединяют установку с воздухом, не допуская резкого подскока жидкости в масляном манометре. После этого отсоединяют пробирку от установки и закрывают кран 1.

Константу пропорциональности ( $K$ ),  $\text{г} \cdot \% / \text{мм}$ , вычисляют по формуле

$$K = \frac{m \cdot W}{p},$$

где  $m$  — масса молибденовокислого натрия, г;

$W$  — массовая доля воды в молибденовокислом натрии, %;

$p$  — разность уровней жидкости в масляном манометре, мм.

За константу пропорциональности принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми относительно среднего не должно превышать 3%.

#### 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Определение массовой доли воды в полиамиде проводят, как указано в п. 3.3. При этом навеску полиамида и температуру ее нагрева выбирают по табл. 1, 2.

Таблица 1

Ожидаемая массовая доля воды, %	Масса полиамида, г
1,5	0,200—0,300
1,0	0,300—0,500
0,5	0,500—1,000
0,2	1,500—2,500
0,05	5,000

Таблица 2

Марка полиамида	Температура, °С
ПА-6, ПА-610, АК-80/20, АК-93/7	195±5
ПА-66	220±5
ПА-12	165±5

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю воды ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{K \cdot p}{m},$$

где  $K$  — константа пропорциональности, г · %/мм;

$p$  — разность уровней жидкости в масляном манометре, мм;

$m$  — масса полиамида, взятая для анализа, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух определений, округленное до 0,01%, допускаемое расхождение между которыми относительно среднего не должно превышать 12%.

5.2. Результаты анализа записывают в протокол, который должен содержать:

наименование и марку полиамида по нормативно-технической документации;

условия проведения анализа (навеска, температура);

результаты анализа каждой пробы и их среднее значение;

дату проведения анализа и обозначение настоящего стандарта.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности****ИСПОЛНИТЕЛИ:**

Г. И. Файдель, канд. техн. наук; А. И. Малышев, канд. хим. наук; Н. А. Хачапуридзе, канд. хим. наук

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.87 № 2850****3. ВЗАМЕН ГОСТ 25055—81.****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, подпункта
ГОСТ 215—73	2
ГОСТ 4165—78	2
ГОСТ 7995—80	2
ГОСТ 10931—74	2
ГОСТ 13004—77	2
ГОСТ 14707—82	2
ГОСТ 19908—80	2
ГОСТ 20015—74	2
ГОСТ 24104—80	2
ГОСТ 25336—82	2

Редактор *Н П Шулина*  
 Технический редактор *О Н Никитина*  
 Корректор *Е И Морозова*

Сдано в наб 27 07 87 Подп к печ 03 09 87 05 усл п л 05 усл кр отт 0,34 уч изд л  
 Тир 8000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП Новопресненский пер, 3  
 Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер, 6 Зак 1009

**Группа Л29**

**Изменение № 1 ГОСТ 25055—87 Полиамиды. Манометрический метод определения воды**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.03.90 № 426**

**Дата введения 01.07.91**

На обложке и первой странице под обозначением стандарта проставить обозначение: **(СТ СЭВ 6581—89)**

*(Продолжение см. с. 260)*



---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 25055—87)*

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на полиамиды и устанавливает манометрический метод определения воды в гранулах и изделиях.

Метод заключается в измерении давления паров воды, выделяющейся при нагревании полиамида в закрытой емкости при установленных значениях температуры и вакуума, обеспечивающих полное испарение воды. Давление паров воды прямо пропорционально массовой доле воды».

Раздел 2. Первый абзац. Исключить слова: «типа НВР по ГОСТ 14707—82 или другого, имеющего аналогичные характеристики»;

*(Продолжение см. с. 261)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 25055—87)

заменить слова и ссылку: «по ГОСТ 215—73 группы 1 № 4 или 5» на «по ГОСТ 27544—87 с ценой деления не более 1 °С», ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 3.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «кран 8» на «кран 3».

Раздел 4. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Ожидаемая массовая доля воды ( $X$ ), %	Масса полиамида ( $m$ ), г
$X \geq 1$	$0,5 > m \geq 0,2$
$0,5 \leq X < 1$	$1,0 > m \geq 0,5$
$0,2 \leq X < 0,5$	$2,5 > m \geq 1,0$
$0,1 \leq X < 0,2$	$4,0 > m \geq 2,5$
$X < 0,1$	$m \geq 5,0$

(Продолжение см. с. 262)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25055—87)

Таблица 2

Марка полиамида	Температура, °С
ПА-12	170±5
ПА-6, ПА-610, ПА-66 АК-80/20, АК-93/7	195±5

(ИУС № 6 1990 г.)