

# ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ

## МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ

Издание официальное

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ****Метод определения ударной вязкости**Modified wood. Method for determination  
of shock resistance**ГОСТ  
20571—75\***

ОКСТУ 5301

Дата введения 01.07.76

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.12.91 № 2193

Настоящий стандарт распространяется на модифицированную древесину и устанавливает метод определения ударной вязкости при изгибе.

Сущность метода состоит в определении работы ударного разрушения образца.  
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**1. АППАРАТУРА**

1.1 Для определения ударной вязкости применяется следующая аппаратура:

- копер маятниковый типа БКМ-5—2 по ГОСТ 10708—82 с запасами энергии маятника копра 50 и 2,5 Дж (5,0 и 0,25 кгс · м);
- термокриокамера, обеспечивающая нагрев образцов до температуры 150 °С или охлаждение до температуры минус 100 °С с интервалом через 10 °С;
- микрометр по ГОСТ 6507—90 или толщиномер по ГОСТ 11358—89;
- аппаратура и материалы для определения влажности древесины по ГОСТ 21523.4—77.

Нож маятника должен заканчиваться закруглением радиусом  $(3 \pm 0,1)$  мм и иметь угол заострения  $(45 \pm 1)^\circ$ . При испытании образцов с криволинейной (вогнутой) поверхностью по высоте, нож маятника должен иметь кривизну по длине, соответствующую кривизне поверхности образца.

Расстояние между опорами должно быть  $(100 \pm 0,2)$  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ**

2.1. Отбор и хранение заготовок — по ГОСТ 9629—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Количество образцов подсчитывают в соответствии с требованиями ГОСТ 16483.0—89 при коэффициенте вариации ударной вязкости, не превышающем 20.

2.3. Ударную вязкость определяют на образцах размерами  $10 \times 15 \times 120$  мм.


Форма, размеры образцов в миллиметрах и направление действия силы удара по отношению к годичным слоям древесины указаны на черт. 1—4.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


\* Издание (март 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1981 г.,  
марте 1986 г. (ИУС 6—81, 6—86)

© Издательство стандартов, 1975  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

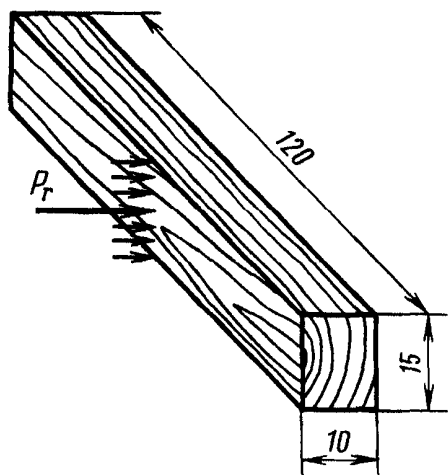


$P_r$  — действие силы удара в радиальном направлении

Черт. 1

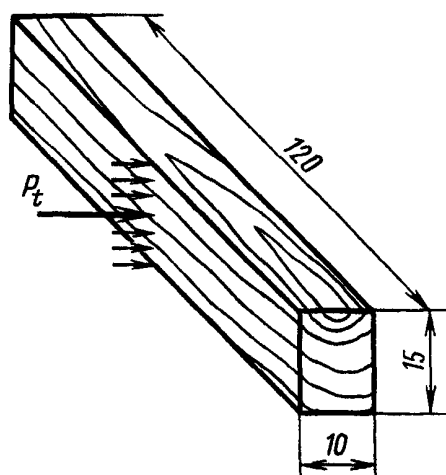


$P_t$  — действие силы удара в тангентальном направлении

Черт. 2

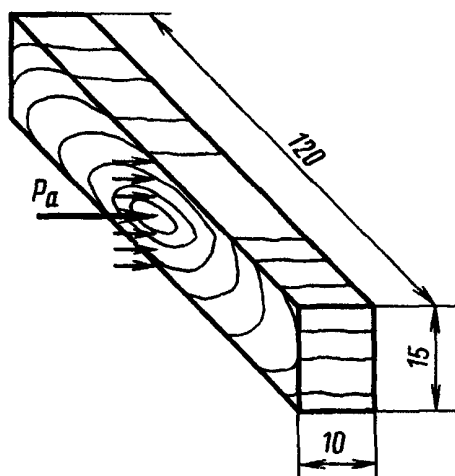

$P_a$  — действие силы удара вдоль волокон (в торец)

Черт. 3

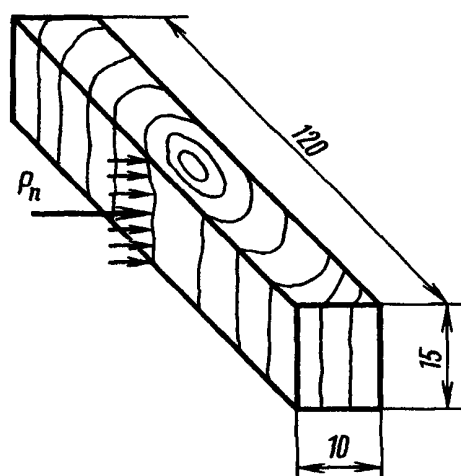

$P_n$  — действие силы удара в поперечном направлении перпендикулярно волокнам


Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Отклонения от номинальных размеров допускаются по ширине и высоте образца не более  $\pm 0,1$  мм, по длине  $\pm 2$  мм.


2.5. Допускается проводить испытания на образцах, вырезанных из втулок диаметром не менее 50 мм с толщиной стенки более 3 мм.

Форма, размеры, в миллиметрах, образцов, вырезанных из втулок, и направление действия силы удара по отношению к годичным слоям древесины указаны на черт. 5,6.

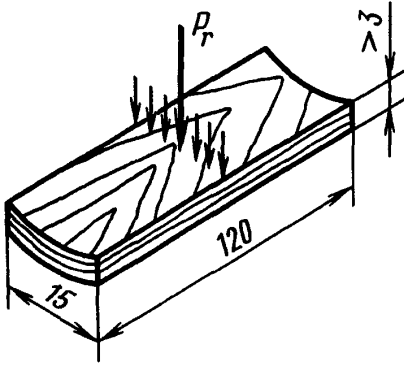

$P_r$  — действие силы удара в радиальном направлении

Черт. 5

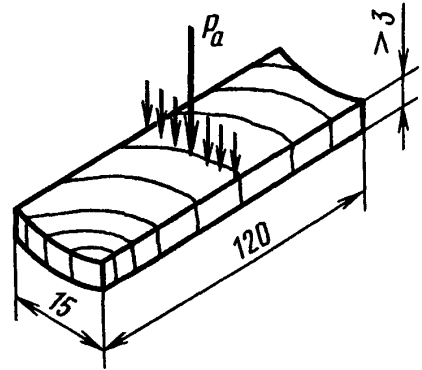

$P_a$  — действие силы удара вдоль волокон (в торец)

Черт. 6

2.6. Поверхность образца не должна иметь сучков, трещин и дефектов обработки по ГОСТ 9629—81.

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Перед испытанием образцы взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.

3.2 Образцы в количестве не более 10 шт. устанавливают в кассету термокриокамеры.

3.3 В зависимости от направления действия силы удара по отношению к годичным слоям древесины запас энергии маятника должен быть при действии силы удара в радиальном или тангентальном направлениях 50 Дж (5 кгс · м); при действии силы удара вдоль волокон (в торец) и поперечном направлении перпендикулярно волокнам — 2,5 Дж (0,25 кгс · м).

3.4. При испытании образцов, вырезанных из втулок с толщиной стенки более 3 мм, запас энергии маятника  $L$  в джоулях подбирается с учетом направления силы удара по отношению к годичным слоям в зависимости от ширины образца, которая равна толщине стенки втулки, по формуле

$$L = \frac{b \cdot L_{10}}{10},$$

где  $b$  — ширина образца, мм (м);

$L_{10}$  — запас энергии маятника для образца шириной 10 мм при определенном направлении силы удара по отношению к годовым слоям древесины, Дж (кгс · м).

3.3, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

3.5. По середине длины образца измеряют высоту  $h$  и ширину  $b$  с погрешностью не более  $\pm 0,1$  мм.

3.6. Работу разрушения образца отсчитывают по шкале прибора с погрешностью не более  $1 \cdot 10^{-2}$  Дж (0,1 кгс · см).

3.7. Первый образец разрушают и измеряют работу, затраченную на разрушение при температуре 20 °С, остальные соответственно при температурах: +50, +70, +100, +150, 0, —5, —10, —20, —50, —70, —100 °С.

3.6, 3.7. (Измененная редакция, Изм. 2).

3.8. Разрушенные образцы взвешивают, затем высушивают до постоянной массы и снова взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.

3.9. Допускается определять ударную вязкость при температуре воздуха  $(20 \pm 5)$  °С.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Ударную вязкость образцов ( $A_w$ ) в Дж/м<sup>2</sup> (кгс · см/см<sup>2</sup>) вычисляют по формуле

$$A_w = \frac{A}{b \cdot h},$$

где  $A$  — работа, затраченная на разрушение образца, Дж (кгс · см);

$b$  — ширина образца, м (см);

$h$  — высота образца, м (см).

Результат округляют до целого числа.

4.2. Удельную работу ударного разрушения ( $A_z$ ) в Дж/м<sup>3</sup> (кгс · см/см<sup>3</sup>) вычисляют по формуле

$$A_z = \frac{6A}{b \cdot h^2},$$

где  $A$  — работа, затраченная на разрушение образца, Дж (кгс · см);

$b$  — ширина образца, м (см);

$h$  — высота образца, м (см).

Результат округляют до целого числа.

4.1, 4.2. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.3. Значения ударной вязкости и удельной работы ударного разрушения приводятся в таблице приложения 2.

4.4. Влажность образцов ( $W$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$W = \frac{(m_i - m_0) \cdot 100}{m_0},$$

где  $m_i$  — масса образца до и после испытаний, г;

$m_0$  — масса образца после высушивания, г.

Результат округляют до целого числа.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

4.5. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0—89.

4.6. За результат испытаний принимают среднее арифметическое величин ударной вязкости сорока измерений.

4.7. Результаты испытаний и расчетов заносят в протокол приложения 1.

**ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВСИНЫ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ  
И УДЕЛЬНУЮ РАБОТУ УДАРНОГО РАЗРУШЕНИЯ**

Направление действия силы удара по отношению к годичным слоям древесины \_\_\_\_\_

Марка, порода ДМ и номер образца	Темпе- ратура, $t$ , °С	Размеры поперечного сечения образца на середине длины, см		Длина образца $l$ , м (см)	Влажность $W$ , %	Работа, затраченная на разру- шение образца $A$ , Дж (кгс · см)	Ударная вязкость, $A_w$ , Дж/м <sup>2</sup> $\left(\frac{\text{кгс} \cdot \text{см}}{\text{см}^2}\right)$	Удельная работа ударного разрушения, $A_z$ , Дж/м <sup>3</sup> $\left(\frac{\text{кгс} \cdot \text{см}}{\text{см}^3}\right)$
		высота $h$	ширина $b$					

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Подписи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Т А Б Л И Ц А**  
**ЗНАЧЕНИЙ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ И УДЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**  
**УДАРНОГО РАЗРУШЕНИЯ**

Работа, затрачиваемая на разрушение образца $A$ , Дж	Ударная вязкость $A_w$ , Дж/м <sup>2</sup>	Удельная работа ударного разрушения $A_z$ , Дж/м <sup>3</sup>	Работа, затрачиваемая на разрушение образца $A$ , Дж	Ударная вязкость $A_w$ , Дж/м <sup>2</sup>	Удельная работа ударного разрушения $A_z$ , Дж/м <sup>3</sup>
0,2	$13 \cdot 10^2$	$53 \cdot 10^4$	10,5	$700 \cdot 10^2$	$2800 \cdot 10^4$
0,5	$33 \cdot 10^2$	$133 \cdot 10^4$	11,0	$733 \cdot 10^2$	$2933 \cdot 10^4$
1,0	$67 \cdot 10^2$	$267 \cdot 10^4$	11,5	$767 \cdot 10^2$	$3067 \cdot 10^4$
1,5	$100 \cdot 10^2$	$400 \cdot 10^4$	12,0	$800 \cdot 10^2$	$3200 \cdot 10^4$
2,0	$133 \cdot 10^2$	$533 \cdot 10^4$	12,5	$833 \cdot 10^2$	$3333 \cdot 10^4$
2,5	$167 \cdot 10^2$	$667 \cdot 10^4$	13,0	$867 \cdot 10^2$	$3467 \cdot 10^4$
3,0	$200 \cdot 10^2$	$800 \cdot 10^4$	13,5	$900 \cdot 10^2$	$3600 \cdot 10^4$
3,5	$233 \cdot 10^2$	$933 \cdot 10^4$	14,0	$933 \cdot 10^2$	$3733 \cdot 10^4$
4,0	$267 \cdot 10^2$	$1067 \cdot 10^4$	14,5	$967 \cdot 10^2$	$3867 \cdot 10^4$
4,5	$300 \cdot 10^2$	$1200 \cdot 10^4$	15,0	$1000 \cdot 10^2$	$4000 \cdot 10^4$
5,0	$333 \cdot 10^2$	$1333 \cdot 10^4$	15,5	$1033 \cdot 10^2$	$4133 \cdot 10^4$
5,5	$367 \cdot 10^2$	$1467 \cdot 10^4$	16,0	$1067 \cdot 10^2$	$4267 \cdot 10^4$
6,0	$400 \cdot 10^2$	$1600 \cdot 10^4$	16,5	$1100 \cdot 10^2$	$4400 \cdot 10^4$
6,5	$433 \cdot 10^2$	$1733 \cdot 10^4$	17,0	$1133 \cdot 10^2$	$4533 \cdot 10^4$
7,0	$467 \cdot 10^2$	$1867 \cdot 10^4$	17,5	$1167 \cdot 10^2$	$4667 \cdot 10^4$
7,5	$500 \cdot 10^2$	$2030 \cdot 10^4$	18,0	$1200 \cdot 10^2$	$4800 \cdot 10^4$
8,0	$533 \cdot 10^2$	$2133 \cdot 10^4$	18,5	$1233 \cdot 10^2$	$4933 \cdot 10^4$
8,5	$567 \cdot 10^2$	$2267 \cdot 10^4$	19,0	$1267 \cdot 10^2$	$5067 \cdot 10^4$
9,0	$600 \cdot 10^2$	$2400 \cdot 10^4$	19,5	$1300 \cdot 10^2$	$5200 \cdot 10^4$
9,5	$633 \cdot 10^2$	$2533 \cdot 10^4$	20,0	$1333 \cdot 10^2$	$5333 \cdot 10^4$
10,0	$667 \cdot 10^2$	$2667 \cdot 10^4$			

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Т.И. Кононенко*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартымяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.04.2000. Подписано в печать 28.04.2000. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,63. Тираж 107 экз. С 5024. Зак. 391

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102