

9. 904 -



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ

СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

МЕТОД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА РАССЛАИВАЮЩУЮ
КОРРОЗИЮ

ГОСТ 9.904-82

Издание официальное

1) алюминиевая, магниевая, медно-никелевая,

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 24.05.83 Подп. в печ. 02.08.83 0,75 п. л. 0,55 уч.-изд. л. Тираж 6000 Цена 3 коп.
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лихий пер., 6. Знак 568

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Единая система защиты от коррозии и старения****СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ****Метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию**

Unified system of corrosion and ageing protection. Aluminium alloys. Accelerated test method for exfoliating corrosion

ГОСТ**9.904-82**Взамен
ГОСТ 9.018-74

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июля 1982 г. № 2858 срок введения установлен

с 01.07.83**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает метод ускоренных испытаний на расслаивающую коррозию (далее РСК*) алюминиевых сплавов (далее сплавы) без защитных покрытий.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ

1.1. Для испытания полуфабрикатов и деталей применяют плоские образцы размером 60×40 мм.

Толщину образца определяют по п. 1.3.

Допускается применять образцы других форм и размеров, при этом площадь поверхности (без учета площади торцевых сторон) должна составлять не менее 48 см².

Сторону образца с наибольшим размером располагают в направлении вектора максимальной деформации параллельно поверхности полуфабриката или детали.

1.2. Плакирующий слой на образцах удаляют в соответствии с ГОСТ 9.021-74.

1.3. Торцевые стороны по периметру образца подвергают механической обработке. Одну из поверхностей образца толщиной менее 5 мм подвергают механической или химической обработке на 20% толщины, а 5 мм и более — механической обработке на 50%.

* РСК — особый вид подповерхностной коррозии, развивающейся преимущественно в направлении максимального вектора деформации и сопровождающейся образованием трещин и отслаиванием отдельных частиц металла.

Издание официальное.**Перепечатка воспрещена***Переиздание. Апрель 1983 г.***© Издательство стандартов, 1983**

Параметр шероховатости обработанной поверхности R_a должен быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73, необработанной поверхности — соответствовать требованиям стандартов или технических условий на полуфабрикат или деталь.

Допускается испытывать образцы толщиной менее 3 мм без обработки.

1.3.1. Перед химической обработкой образцы обезжиривают органическим растворителем (например, бензином, ацетоном), затем травят в растворе, содержащем от 100 до 200 г/дм³ гидроокиси натрия при температуре от 333 до 363 К (от 60 до 90°C) до достижения требуемой толщины. После этого образцы промывают проточной водой, освобождают в растворе, содержащем 300 г/дм³ азотной кислоты в течение 6 мин, вновь промывают в проточной, а затем в дистиллированной воде и высушивают на воздухе.

1.4. Для испытания сварных соединений из полуфабрикатов или деталей толщиной менее 10 мм применяют плоские образцы размерами не менее 25×80 мм.

Сварной шов располагают в середине образца перпендикулярно к длинице стороне.

При испытании сварных соединений толщиной 10 мм и более ширина образца должна быть не менее 40 мм, а длину определяют с учетом зоны термического влияния таким образом, чтобы расстояние от торца образца до этой зоны составляло не менее 30 мм.

Толщина образца должна соответствовать толщине полуфабриката или детали.

1.4.1. Механической обработке подвергают только торцевые стороны по периметру образца.

Параметр шероховатости обработанной и необработанной поверхности должен соответствовать требованиям п. 1.3.

1.5. Количество образцов должно быть не менее пяти для каждого варианта. Под вариантом понимают образцы с идентичными параметрами.

1.6. От каждого варианта до окончательной оценки хранят не менее трех контрольных образцов.

Контрольные образцы хранят в условиях, исключающих развитие коррозии, например, в экскаторах с осушителем (силикагелем и т. п.).

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Профилограф по ГОСТ 19299—73 или профилометр по ГОСТ 19300—73.

Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.

Экскатор по ГОСТ 25336—82.

Емкости различной вместимости, изготовленные из инертных материалов (например, из стекла, винипласта).

Стаканы и колбы стеклянные лабораторные по ГОСТ 10394—72.
Силикагель технический по ГОСТ 3956—76.

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556—81.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 5962—67.

Лак АК-20.

Бензин авиационный по ГОСТ 1012—72.

Ацетон технический по ГОСТ 2768—79.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552—80.

Хрома (VI) окись по ГОСТ 3776—78.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220—75.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77.

Калий азотнокислый по ГОСТ 4217—77.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. На одной из поверхностей образца в углу наносят маркировку с указанием номера варианта и порядкового номера образца. Маркировку вносят в протокол испытаний.

Место маркировки защищают лакокрасочным покрытием, например, лаком марки АК-20.

3.2. Образцы подвергают травлению в растворе, содержащем от 50 до 100 г/дм³ гидроокиси натрия при температуре от 323 до 333 К (от 50 до 60°C). Время травления от 30 до 60 с.

3.3. Перед испытанием образцы протирают ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят в емкостях различной вместимости при полном погружении образцов в раствор для испытания.

4.2. Образцы в растворе располагают вертикально.

4.3. Не допускается испытывать в одной емкости образцы сплавов различных систем.

4.4. Раствор для испытания и продолжительность испытания выбирают в зависимости от состава сплава и его термической обработки в соответствии с табл. 1.

4.5. Растворы готовят на дистиллированной воде.

4.6. Объем раствора составляет 10 см³ на 1 см² поверхности образца, температура раствора от 291 до 298 К (от 18 до 25°C).

Таблица 1

Сплавы, состояния	Номер раствора	Содержание компонентов, г/дм ³					Продолжительность испытаний, сут
		Калий двухромокислый	Кислота соляная	Натрий хлористый	Калий азотнокислый	Кислота азотная	
Сплавы системы Al—Zn—Mg в естественно состаренном состоянии	1	20	9	—	—	—	7
Сплавы системы Al—Cu—Mg, Al—Cu—Mg—Fe—Ni в искусственно состаренном состоянии	2	10	—	225	50	5,5	2
	3	—	—	225	50	5,5	2
Все сплавы, кроме указанных выше систем в состояний при всех режимах старения	4	20	13,5	—	—	—	7

Примечания:

1. Раствор 3 применяют вместо раствора 2 в том случае, если продукты коррозии не затрудняют оценку РСК.

2. В растворе 2 допускается замена двухромокислого калия на смесь хрома (VI) окись — 9 г/дм³ и калий двухромокислый — 1,5 г/дм³.

3. Для исследовательских испытаний допускается увеличивать продолжительность испытания в растворах 1 и 4 до 14 сут, 2 и 3 — до 4 сут.

4.7. По окончании срока испытания образцы промывают в проточной, а затем в дистиллированной воде и высушивают на воздухе.

4.8. Если продукты коррозии на поверхности образца после испытания не позволяют оценить степень развития РСК, то продукты коррозии удаляют в одном из растворов:

азотной кислоты — 300 г/дм³ в течение 10—20 мин, температура раствора от 291 до 298 К (от 18 до 25°C);

смесь ортофосфорной кислоты — 52 г/дм³ и хрома (VI) окиси — 20 г/дм³ в течение 10—30 мин, температура раствора от 368 до 371 К (от 95 до 98°C).

4.9. Осмотр образцов проводят не позднее чем через 6 ч после окончания испытания.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Критериями оценки стойкости сплава при РСК являются: характер изменения внешнего вида образца; площадь с отслоениями на каждой поверхности образца, %; суммарная длина торцов с трещинами, %.

5.2. При оценке изменения внешнего вида образца устанавливают изменение цвета, наличие язв, отслоений и определяют их размеры.

5.3. Суммарную длину торцов с трещинами (L) для каждого образца в процентах вычисляют по формуле

$$L = \frac{\sum l_i}{P} 100,$$

где l_i — длина участка торца, пораженного трещинами, мм;

P — периметр образца, мм.

Пример расчета суммарной длины торцов с трещинами приведен в рекомендуемом приложении 1.

5.4. Площадь с отслоениями на каждой поверхности образца определяют визуально или с использованием методов количественной металлографии и выражают в процентах от площади оцениваемых поверхностей для каждого образца.

5.5. Стойкость сплава при РСК оценивают для каждого образца в баллах по десятибалльной шкале, приведенной в табл. 2.

Таблица 2

Балл	Суммарная длина торцов с трещинами, %	Площадь с отслоениями на каждой поверхности, %	Характер изменения внешнего вида образца
1	0	0	Без изменений
2	0	0	Изменение цвета, потемнение
3	0	До 2 включ.	Отслоения и язвы с наибольшим диаметром до 2 мм включ.
4	0	Св. 2 до 5 включ.	Отслоения с наибольшим диаметром до 4 мм включ. и язвы диаметром более 2 мм
5	0	Св. 5 до 10 включ.	Отслоения с наибольшим диаметром до 5 мм включ.

Продолжение табл. 2

Балл	Суммарная длина торцов с трещинами, %	Площадь с отслоениями на каждой поверхности, %	Характер изменения внешнего вида образца
6	До 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.	Отслоения диаметром св. 5 мм
7	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.	То же
8	Св. 25 до 50 включ.	Св. 50	* *
9	Св. 50	—	Увеличение толщины образца менее чем на 10%
10	Св. 50	—	Увеличение толщины образца более чем на 10%

5.6. Если площадь с отслоениями на поверхности соответствует баллу X (для баллов 3, 4 или 5), а диаметр отдельных отслоений — более высокому баллу, то образец оценивают баллом $X+1$ (т. е. 4, 5 или 6).

Если площадь с отслоениями на поверхности соответствует баллу X (6, 7 или 8), а диаметр отдельных отслоений не превышает 5 мм, то образец оценивают баллом $X-1$ (т. е. 5, 6 или 7).

5.7. К 9 и 10 баллам относят образцы, пораженные трещинами по всему поперечному сечению (толщине). Образцы, имеющие только поверхностные трещины, относят к 8 баллу.

5.8. Окончательную оценку в баллах X_i проводят по наибольшему баллу, полученному при оценке обеих поверхностей или торцов.

5.9. Характерные примеры РСК по десятибалльной шкале приведены в справочном приложении 2.

5.10. Оценку варианта проводят по среднему значению \bar{X} в баллах, определяемому с точностью до 0,1, по формуле

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n},$$

где n — количество образцов в варианте.

5.11. При необходимости дополнительной оценки проводят металлографическое исследование для определения глубины коррозии.

5.12. Результаты испытания вносят в протокол, в котором указывают:

марку и химический состав сплава;

вид полуфабриката или детали;


технологию изготовления полуфабриката или детали;

термическую обработку;

состояние поверхности;
размеры образца;
номер раствора для испытания;
продолжительность испытания;
критерии оценки стойкости сплава при РСК;
балл.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое


ПРИМЕР РАСЧЕТА СУММАРНОЙ ДЛИНЫ
ТОРЦОВ С ТРЕЩИНАМИ

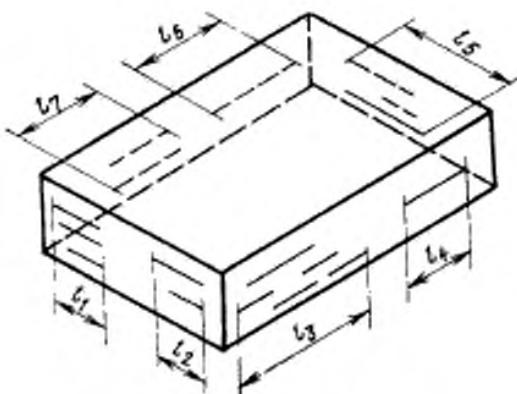


$$L = \frac{l_1 + l_2 + l_3 + l_4 + l_5 + l_6 + l_7}{n} \cdot 100$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ РАССЛАИВАЮЩЕЙ КОРРОЗИИ

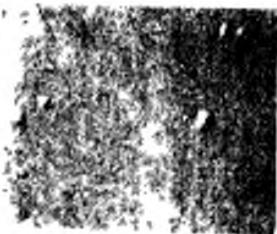


Балл 3

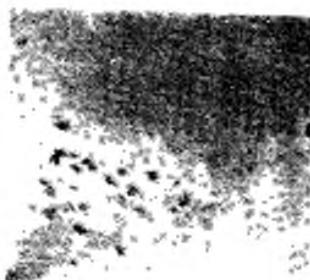


Балл 4

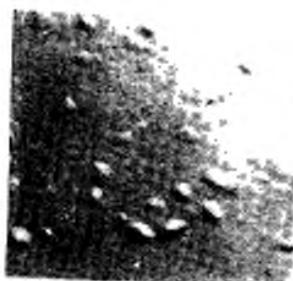


Балл 5

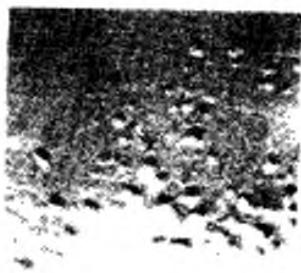

Балл 6

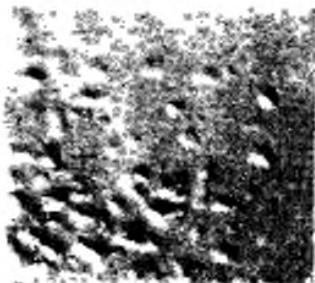

Балл 7

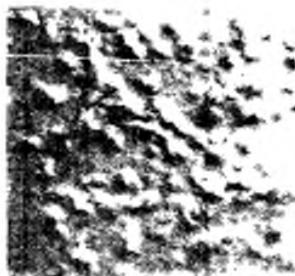

Балл 8



Балл 9



Балл 10

— — — — —