



11380-74

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ  
АККУМУЛЯТОРНЫЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 11380-74**

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БАРИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ  
АККУМУЛЯТОРНЫЙ

## Технические условия

Accumulator barium sulphate.  
Specifications

ОКП 21 4112 0100

## ГОСТ

11380-74\*

Взамен  
ГОСТ 11380-65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 декабря 1974 г. № 2679 срок введения установлен

с 01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 22.03.85,  
Пост. № 684 срок действия продлен

до 01.01.91

## Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на аккумуляторный сернокислый барий, предназначенный для электротехнической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической и других отраслей промышленности.

Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества.

Формула:  $\text{BaSO}_4$ .

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1977 г.) — 233,39.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По физико-химическим показателям сернокислый барий должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Нормы
1. Внешний вид	Порошок белого цвета
2. Массовая доля сернокислого бария ( $\text{BaSO}_4$ ), %, не менее	98,5
3. Массовая доля сернокислого кальция ( $\text{CaSO}_4$ ), %, не более	0,4

Издание официальное \*

Перепечатка воспрещена

\* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменением № 1 утвержденным 22.03.85, Пост. № 684 (ИУС 6-85).

Продолжение табл. 1

Наименование показателей	Нормы
4. Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,01
5. Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорион (Cl), %, не более	0,04
6. Массовая доля тяжелых металлов (Pb)	Должен выдерживать испытание по п. 3.8
7. Массовая доля влаги, %, не более	0,1
8. Потери массы при прокаливании, %, не более	1,0
9. Фракционный состав: содержание частиц крупной фракции диаметром 5 мкм и более, %, не более	10
содержание частиц мелкой фракции диаметром 1 мкм и менее, %	10—40
10. Остаток при просеве на сите с сеткой № 016К по ГОСТ 3584—73, %, не более	1
11. Насыпная масса, г/см <sup>3</sup> , не более	0,7

## Примечания:

1. Нормы по показателям подпунктов 2—6 таблицы даны в пересчете на прокаленный продукт.

## 2. (Исключен, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 1а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1а.1. Сернокислый барий представляет собой мелкодисперсный сухой порошок, он не ядовит, пожаро- и взрывобезопасен.

1а.2. Производственные помещения и лаборатории, в которых проводятся работы с сернокислым барием, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

1а.3. Работающие с сернокислым барием должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и предохранительными приспособлениями в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

Разд. 1а (Введен дополнительно, Изм. № 1).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Сернокислый барий поставляют партиями. Партией считают продукт, однородный по своим качественным показателям, сопровождаемый одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта;  
номер партии;  
дату изготовления;  
массу нетто;  
обозначение настоящего стандарта;  
результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта.  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Для контроля качества сернокислого бария отбирают 10% единиц продукции, но не менее трех единиц продукции при партиях, состоящих менее чем из 30 единиц.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей проводят повторный анализ проб, отобранных от удвоенного количества единиц продукции той же партии. Результаты повторных анализов распространяются на всю партию.

### 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Точечные пробы отбирают щупом, погружая его по вертикальной оси на  $\frac{3}{4}$  глубины единицы продукции. Масса точечной пробы не должна быть менее 0,2 кг.

Отобранные точечные пробы объединяют в объединенную пробу, тщательно перемешивают, сокращают методом квартования до массы средней пробы около 0,5 кг.

Полученную среднюю пробу помещают в чистую сухую стеклянную банку с притертой пробкой или полиэтиленовый мешочек, который заваривают.

На банку или полиэтиленовый мешочек наклеивают или прикрепляют этикетку, на которой должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя, наименование продукта, номер партии и дата отбора пробы.

3.2. Для проведения анализа и приготовления растворов применяют реактивы квалификаций х. ч. или ч. д. а., а также лабораторную посуду: бюретки, пипетки по ГОСТ 20292—74, 2-й класс точности; колбы мерные, цилиндры мерные по ГОСТ 1770—74.

Результаты анализов округляют по СТ СЭВ 543—77.

Допускаемые расхождения между параллельными определениями нормированы при значении доверительной вероятности  $P=0,95$ .

3.1; 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3. Внешний вид продукта определяют визуально.

3.4. Определение массовой доли сернокислого бария ( $BaSO_4$ )

**3.4.1. Аппаратура, реактивы и растворы**

силикагель по ГОСТ 3956—76, высушенный при 150—180°C; эксикатор любого исполнения по ГОСТ 25336—82; шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева (120±5)°C; весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более ±0,0005 г; гири по ГОСТ 7328—82; кислота соляная по ГОСТ 3118—77; кислота серная по ГОСТ 4204—77; смесь кислот с массовой долей соляной кислоты 10% и серной кислоты 0,1% готовят следующим образом: 242,3 см<sup>3</sup> соляной кислоты растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды, приливают 0,6 см<sup>3</sup> серной кислоты и доводят объем раствора водой до 1 дм<sup>3</sup>; кислота азотная по ГОСТ 4461—77; серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, 1%-ный раствор; вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**3.4.2. Проведение анализа**

Взвешивают (2,0±0,2) г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), помещают в высокий стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup>, приливают 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты и осторожно кипятят при перемешивании в течение 15 мин, разбавляя горячей водой до 100 см<sup>3</sup>.

Затем фильтруют через плотный двойной фильтр «синяя лента», промывают горячей водой до отрицательной реакции на ион хлора.

Промытый осадок с фильтром помещают в предварительно прокаленный фарфоровый тигель, медленно без воспламенения (при хорошем доступе воздуха) озоляют и прокаливают при 800—850°C до постоянной массы.

Прокаленный тигель с осадком охлаждают в эксикаторе, взвешивают до четвертого десятичного знака.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**3.4.3. Обработка результатов**

Массовую долю сернокислого бария (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot (100 - X_0)},$$

где m — масса павески сернокислого бария, г;

m<sub>1</sub> — масса остатка после прокаливания, г;

X<sub>0</sub> — потери массы при прокаливании, определяемые по л. 3.10, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 0,3%.

### 3.5. Определение массовой доли сернокислого кальция ( $\text{CaSO}_4$ )

#### 3.5.1. Аппаратура, реактивы и растворы

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,0005$  г;

гири по ГОСТ 7328—82;

кислота соляная по ГОСТ 3118—77, 0,5%-ный раствор;

аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72, 10%-ный раствор;

калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, раствор концентрации  $c$  ( $\text{KOH}$ ) = 5 моль/дм<sup>3</sup>;

цинк по ГОСТ 3640—79 марки ЦВ или Ц0 в чушках (для установления коэффициента молярности), раствор концентрации  $c$  ( $1/2 \text{ Zn}$ ) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, готовят по ГОСТ 10398—76;

соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652—73, раствор концентрации  $c$  ( $1/2 \text{ C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \times 2\text{H}_2\text{O}$ ) = 0,05 моль/дм<sup>3</sup>; готовят следующим образом: 9,3 г трилона Б растворяют в воде, если раствор мутный, его фильтруют, затем переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup>. Объем раствора доводят водой до метки и хорошо перемешивают. Поправочный коэффициент ( $K$ ) раствора трилона Б устанавливают по ГОСТ 10398—76. Для титрования берут 10 см<sup>3</sup> раствора цинка;

метиловый красный (индикатор) 0,1%-ный раствор;

калий хлористый по ГОСТ 4234—77;

флуорексон (индикатор);

тимолфталексон (индикатор);

смешанный индикатор, готовят следующим образом: 0,1 г флуорексона и 0,1 г тимолфталексона растирают в ступке с 15 г хлористого калия;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.5.2. Проведение анализа

Взвешивают 20 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака, помещают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, приливают 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, 20 см<sup>3</sup> раствора хлористого аммония, колбу накрывают воронкой и кипятят в течение 30 мин. Осадок отфильтровывают через плотный фильтр «синяя лента» и промывают горячей водой до объема приблизительно 220 см<sup>3</sup>. Фильтрат и промывные воды собирают в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, разбавляют до метки водой и тщательно перемешивают.

В коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> отбирают пипеткой 25 см<sup>3</sup> полученного раствора, прибавляют 100—150 см<sup>3</sup> воды, 1 каплю метилового красного, нейтрализуют раствором гидрооксида калия, добавляют 5 см<sup>3</sup> его избытка, прибавляют 0,10—0,15 г (на кончике шпателя) смешанного индикатора и титруют раствором трилона Б до перехода окраски раствора из зеленой в розовую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.5.3. Обработка результатов

Массовую долю сернокислого кальция ( $X_1$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{V \cdot K \cdot 0,003404 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot (100 - X_5) \cdot 25},$$

где  $m$  — масса навески сернокислого бария, г;

$V$  — объем раствора трилона Б концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

0,003404 — масса сернокислого кальция, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора трилона Б концентрации 0,05 моль/дм<sup>3</sup>, г;

$X_5$  — потери массы при прокаливании, определяемые по п. 3.10, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 15% относительно среднего результата определяемого значения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.6. Определение массовой доли железа (Fe)

#### 3.6.1. Аппаратура, реактивы и растворы

кислота соляная по ГОСТ 3118—77, разбавленная 1:4 и 25%-ный раствор;

аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 10%-ный раствор;

2,2'-дипиридинил, раствор готовят следующим образом: 2,5 г 2,2'-дипиридинила растворяют в 25 см<sup>3</sup> этилового спирта и разбавляют водой до 500 см<sup>3</sup>;

кислота аскорбиковая, 5%-ный водный раствор, который следует оберегать от воздействия света, воздуха и тепла, годен не более двух недель (раствор сохраняют в темной склянке);

раствор железа, содержащий 1 мг Fe<sup>3+</sup> в 1 см<sup>3</sup>, готовят по ГОСТ 4212—76 (раствор А);

10 см<sup>3</sup> раствора А разбавляют водой до 1 дм<sup>3</sup> (раствор Б).

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,01 мг Fe<sup>3+</sup>, годен в течение суток;

спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—72, высшего сорта;

универсальная индикаторная бумага;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56, ФЭК-60 (или других типов);

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

гири по ГОСТ 7328-82.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

### 3.6.2. Построение градуировочного графика

Для построения градуировочного графика готовят стандартные растворы. Для этого в мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> микробюреткой отбирают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 см<sup>3</sup> раствора Б.

Растворы в колбах разбавляют до 50 см<sup>3</sup> водой, добавляют по 2 см<sup>3</sup> 25%-ного раствора соляной кислоты, по 5 см<sup>3</sup> растворов аскорбиновой кислоты и индикатора, каждый раз перемешивая содержимое колбы.

В полученные стандартные растворы добавляют раствор аммиака до pH приблизительно 3,5 (по универсальной индикаторной бумаге). Затем объем растворов доводят водой до метки и тщательно перемешивают.

Одновременно готовят раствор сравнения, не содержащий железа, следующим образом: в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> приливают 2 см<sup>3</sup> 25%-ного раствора соляной кислоты и 5 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

Через 30 мин измеряют оптическую плотность стандартных растворов по отношению к раствору сравнения на фотоколориметре, применяя зеленый светофильтр (при длине волны 500-540 нм) в кюветах с толщиной поглощающего света слоя 50 мм.

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массу железа в стандартных растворах в миллиграммах, а по оси ординат — соответствующие им значения оптических плотностей.

(Измененная редакция, Изд. № 1).

### 3.6.3. Проведение анализа

Взвешивают 20 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), помешают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, приливают 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, разбавляют 1:4, колбу накрывают воронкой и кипятят в течение 30 мин. Суспензию охлаждают, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, разбавляют до метки водой, тщательно перемешивают и фильтруют через плотный фильтр «синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата.

В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> пипеткой отбирают

фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56, ФЭК-60 (или других типов);

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

гири по ГОСТ 7328—82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.6.2. Построение градуировочного графика

Для построения традиционного графика готовят стандартные растворы. Для этого в мерные колбы вместимостью 100 см<sup>3</sup> микробюреткой отбирают 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 см<sup>3</sup> раствора Б.

Растворы в колбах разбавляют до 50 см<sup>3</sup> водой, добавляют по 2 см<sup>3</sup> 25%-ного раствора соляной кислоты, по 5 см<sup>3</sup> растворов аскорбиновой кислоты и индикатора, каждый раз перемешивая содержимое колбы.

В полученные стандартные растворы добавляют раствор аммиака до pH приблизительно 3,5 (по универсальной индикаторной бумаге). Затем объем растворов доводят водой до метки и тщательно перемешивают.

Одновременно готовят раствор сравнения, не содержащий железа, следующим образом: в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> приливают 2 см<sup>3</sup> 25%-ного раствора соляной кислоты и 5 см<sup>3</sup> раствора аскорбиновой кислоты доводят до метки водой и тщательно перемешивают.

Через 30 мин измеряют оптическую плотность стандартных растворов по отношению к раствору сравнения на фотоколориметре, применяя зеленый светофильтр (при длине волны 500—540 нм) в кюветах с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм.

По полученным данным строят градуировочный график, откладывая по оси абсцисс массу железа в стандартных растворах в миллиграммах, а по оси ординат — соответствующие им значения оптических плотностей.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.6.3. Проведение анализа

Взвешивают 20 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), помещают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, приливают 100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты, разбавляют 1:4, колбу накрывают воронкой и кипятят в течение 30 мин. Супензию охлаждают, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, разбавляют до метки водой, тщательно перемешивают и фильтруют через плотный фильтр «синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата.

В мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> пипеткой отбирают

20 см<sup>3</sup> анализируемого раствора. Раствор в колбе разбавляют до 50 см<sup>3</sup> водой и добавляют по 5 см<sup>3</sup> растворов аскорбиновой кислоты и 2,2'-дипиридила, каждый раз перемешивая. В полученный раствор добавляют раствор аммиака до pH приблизительно 3,5 (по универсальной индикаторной бумаге), объем раствора в колбе доводят до метки водой и перемешивают.

Одновременно готовят раствор сравнения. Для этого в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> приливают 2 см<sup>3</sup> 25%-ного раствора соляной кислоты, по 5 см<sup>3</sup> аскорбиновой кислоты и 2,2'-дипиридила, разбавляют водой до 50 см<sup>3</sup>, добавляют раствор аммиака до pH 3,5 (по универсальной индикаторной бумаге), доводят до метки водой и тщательно перемешивают. Через 30 мин измеряют оптическую плотность анализируемого раствора по отношению к раствору сравнения как указано в п. 3.6.2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.6.4. Обработка результатов

Массовую долю железа ( $X_2$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{m_1 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot 20 \cdot 1000 (100 - X_b)},$$

где  $m$  — масса навески сернокислого бария, г;

$m_1$  — масса железа, найденная по градуировочному графику, мг;

$X_b$  — потери массы при прокаливании, определяемые по п. 3.10, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 20% относительно среднего результата определяемого значения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.7. Определение содержания хлоридов в пересчете на хлор-ион

#### 3.7.1. Аппаратура, реактивы и растворы

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

грихи по ГОСТ 7328—82;

кислота азотная по ГОСТ 4461—77, плотностью 1,4 г/см<sup>3</sup>;

ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520—78, раствор концентрации  $c$  (1/2 Hg (NO<sub>3</sub>) · 0,5 H<sub>2</sub>O) = 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 н.);

натрий нитропруссидный 10%-ный раствор;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.7.2. Проведение анализа

Взвешивают 20 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), помещают в коническую колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup>, приливают 200 см<sup>3</sup> горячей воды и кипятят в течение 30 мин. Суспензию охлаждают, количественно переводят в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки, тщательно перемешивают и после отстаивания фильтруют через плотный фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата.

В коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> отбирают пипеткой 100 см<sup>3</sup> полученного фильтрата, добавляют 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты, 5–10 капель раствора нитропруссидного натрия и титруют из микробюrette раствором азотнокислой ртути до неисчезающей муты (на черном фоне).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.7.3. Обработка результатов

Массовую долю хлоридов в пересчете на хлор-ион ( $X_3$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{V \cdot 0,003545 \cdot 250 \cdot 100 \cdot 100}{m \cdot 100 \cdot (100 - X_5)},$$

где  $m$  — масса навески сернокислого бария, г;

$V$  — объем раствора азотнокислой ртути концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование хлоридов, см<sup>3</sup>;

0,003545 — масса хлор-иона, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора азотнокислой ртути концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г;

$X_5$  — потери массы при прокаливании, определяемые по п. 3.10, %.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 20% относительно среднего результата определяемого значения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.8. Определение содержания тяжелых металлов (Pb)

#### 3.8.1. Аппаратура, реактивы и растворы

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

тири по ГОСТ 7328—82;

кислота соляная по ГОСТ 3118—77;

натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, 10%-ный раствор;

калий-натрий виннокислый 4-водный по ГОСТ 5845—79,

20%-ный раствор;

тиоацетамид, 2%-ный раствор, профильтрованный через беззольный фильтр «синяя лента», годен в течение 3 суток;

раствор А, содержащий 1 мг  $Pb^{2+}$  в 1 см<sup>3</sup>, готовят по ГОСТ 4212—76;

раствор Б, содержащий 0,05 мг  $Pb^{2+}$  в 1 см<sup>3</sup>, готовят следующим образом: 5 см<sup>3</sup> раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доводят водой до метки (годен в течение суток);

бумага индикаторная лакмусовая;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.8.2. Проведение анализа

Взвешивают 20 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), прибавляют 50 см<sup>3</sup> соляной кислоты, кипятят в течение 30 мин, полученную суспензию разбавляют до 50 см<sup>3</sup> несколько раз водой. Осадок отфильтровывают через фильтр «синяя лента» в стакан вместимостью 300 м, промывают 3—4 раза небольшими порциями горячей воды, давая ей каждый раз стечь.

Фильтрат нейтрализуют гидроокисью натрия до синей окраски лакмусовой бумаги, нагревая до начала кипения, и отстаивают на теплом месте до коагуляции и гидроокиси железа.

Осадок отфильтровывают через фильтр «белая лента» в высокий стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> из бесцветного стекла, фильтр с осадком промывают два-три раза горячей водой.

Фильтрат нейтрализуют соляной кислотой до розового цвета лакмусовой бумаги, приливают 5 см<sup>3</sup> раствора виннокислого калия-натрия, перемешивают, добавляют 5 см<sup>3</sup> 10%-ного раствора гидроокиси натрия и 4 см<sup>3</sup> раствора тиоацетамида, перемешивая перед каждым добавлением реагента.

Окраску анализируемого раствора сравнивают с окраской раствора контрольного опыта, приготовленного одновременно с анализируемым, следующим образом: в стакан из бесцветного стекла вместимостью 300 см<sup>3</sup> приливают 50 см<sup>3</sup> соляной кислоты и кипятят 30 мин, подливая воду до объема 50 см<sup>3</sup>. После охлаждения раствор нейтрализуют гидроокисью натрия по лакмусовой бумаге (до синей окраски), приливают несколько капель соляной кислоты до розовой окраски лакмусовой бумаги и из микробюретки добавляют 3 см<sup>3</sup> раствора Б.

Затем в раствор контрольного опыта добавляют все те же реагенты в том же количестве и последовательности, что и для анализируемого раствора, объемы растворов уравнивают водой.

Продукт считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая через 10 мин на фоне молочного стекла окраска анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски раствора контрольного опыта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.9. Определение содержания влаги

#### 3.9.1а. Аппаратура и реактивы

стаканчик для взвешивания по ГОСТ 25336—82;

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,0005$  г;

тири по ГОСТ 7328—82;

шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева  $(120 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;

эксикатор любого исполнения по ГОСТ 25336—82;

силикагель по ГОСТ 3956—76, высушенный при  $(150—180)^\circ\text{C}$ .  
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

#### 3.9.1. Проведение анализа

Взвешивают  $(10,0 \pm 0,2)$  г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака) в алюминиевой кювете (стаканчике для взвешивания с притертой крышкой), предварительно высушенной до постоянной массы, затем сушат под инфракрасной лампой мощностью 500 Вт или в сушильном шкафу при  $120^\circ\text{C}$  до постоянной массы.

Охлаждают кювету или стаканчик для взвешивания в эксикаторе над силикагелем и взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.9.2. Обработка результатов

Массовую долю влаги ( $X_4$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m$  — масса навески сернокислого бария, г;

$m_1$  — масса кюветы или стаканчика для взвешивания с сернокислым барием до высушивания, г;

$m_2$  — масса кюветы или стаканчика для взвешивания с сернокислым барием после высушивания, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 5% относительно среднего результата определяемого значения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.10. Определение потери массы при прокаливании

#### 3.10.1а. Аппаратура, реактивы:

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,0005$  г;

тири по ГОСТ 7328—82;

шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева  $(120 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;

эксикатор любого исполнения по ГОСТ 25336—82;

силикагель по ГОСТ 3956—76, высушенный при  $(150—180)^\circ\text{C}$ .  
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

### 3.10.1. Проведение анализа

Взвешивают  $(2,5 \pm 0,5)$  г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака) в предварительно прокаленном и взвешенном тигле и прокаливают при  $500—600^\circ\text{C}$  до постоянной массы, охлаждая тигли в эксикаторе над силикагелем (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.10.2. Обработка результатов

Потери массы при прокаливании ( $X_5$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X_5 = \frac{(m_1 - m_2) \cdot 100}{m},$$

где  $m$  — масса навески сернокислого бария, г;

$m_1$  — масса тигля с сернокислым барием до прокаливания, г;

$m_2$  — масса тигля с сернокислым барием после прокаливания, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 5% относительного среднего результата определяемого значения.

### 3.11. Определение фракционного состава

#### 3.11.1. Аппаратура и реактивы

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

гири по ГОСТ 7328—82;


аммоний лимоннокислый по ГОСТ 9264—79;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;

установка для определения фракционного состава (черт. 1) состоит из следующих элементов: цилиндрического сосуда вместимостью 4—5 дм<sup>3</sup> для приготовления суспензии. Перед выполнением определения суспензию тщательно перемешивают пропеллерной мешалкой с частотой вращения 200—250 мин<sup>-1</sup> в течение часа. Для улучшения перемешивания в суспензию параллельно оси мешалки опускают лопаточку из стекла или пласти массы; пипетка (черт. 2) вместимостью 10 см<sup>3</sup>. На ножке пипетки имеются две метки на расстоянии 100 и 40 мм от ее нижнего края. Пипетку закрепляют в держателе, который может плавно подниматься

и опускаться по стержню. На стержне устанавливают шкалу для отсчета высоты положения держателя с пипеткой; термометра; всломогательного сосуда, в котором создается вакуум гидростатическим давлением воды, спускаемой через нижний тубус из сосуда, для отсоса пробы в пипетку. Горловина сосуда через трех-

### Установка для определения фракционного состава

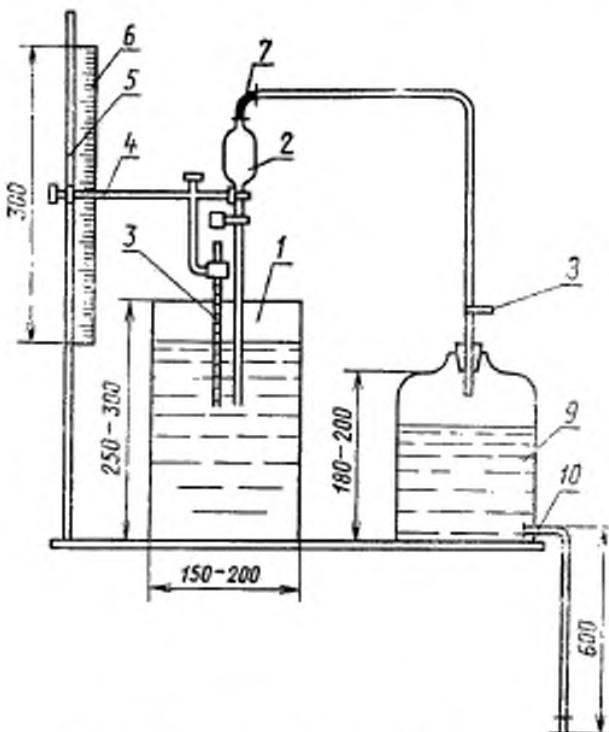


1—сосуд цилиндрический; 2—пипетка; 3—термометр;  
4—держатель; 5—стержень; 6—шкала; 7—трубка разновак;  
8—кран трехходовой; 9—сосуд вспомогательный;  
10—хвост.

Черт. 1

ходовой кран соединена с верхней трубкой пипетки резиновой трубкой. Трехходовой кран необходим для отсоединения пипетки от вакуума и соединения ее с атмосферой в момент выливания из пипетки отсосанной пробы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## Пипетка для отбора проб

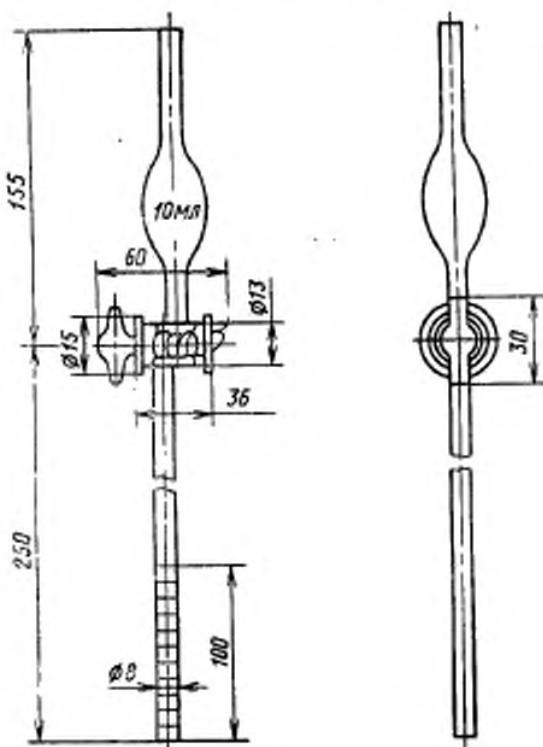

Черт. 2

## 3.11.2. Проведение анализа

Взвешивают навеску сернокислого бария, рассчитанную так, чтобы на каждый литр суспензии приходилось 3 г прокаленного вещества (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), помещают в ступку, перемешивают лимоннокислый аммоий из расчета 0,1—0,2 г на 1 дм<sup>3</sup> суспензии, добавляют воды и слегка растирают мягкие комки резиновым шестиком. Суспензию сливают в сосуд 1, который содержит 2—3 дм<sup>3</sup> дистиллированной воды, и оставшиеся комочки подвергают многократному разминанию в небольшом количестве воды до их исчезновения.

В сосуд добавляют воду до метки и суспензию перемешивают в течение часа по п. 3.11.1.

После прекращения перемешивания сосуд с суспензией быстро переставляют на штатив с пипеткой, и перед опусканием пипетки взмучивают остатки сернокислого бария со дна сосуда мешалкой, сделанной из насаженного на металлический стержень диска с отверстиями. По окончании перемешивания сосуд закрывают крышкой с двумя отверстиями. В одно отверстие вставляют термометр, а в центральное отверстие опускают пипетку на 100 мм от зеркала суспензии, по заранее установленному положению держателя штатива, и в этот момент отмечают время начала отстаивания. Пипетку вставляют с закрытым краном. При отборе пробы во вспомогательном сосуде 9 создается вакуум и открытием трехходового крана и крана пипетки суспензию затягивают в пипетку до метки, соответствующей 10 см<sup>3</sup>, после чего крана пипетки закрывают. Трехходовой кран поворачивают на соединение с внешней атмосферой и жидкость из пипетки сливают через торцевое отверстие пипеточного крана в фарфоровую чашку или тигель (первая порция суспензии отбрасывается). При проведении этой операции не допускается спускание суспензии из пипетки обратно в сосуд. Сразу после отбора проб на глубине 100 мм, пипетку вынимают из сосуда, промывают водой и опускают пипетку на 40 мм от зеркала суспензии.

Время отбора проб для глубины 40 и 100 мм в зависимости от температуры суспензии дано в табл. 2.

Время для промежуточных температур определяется интерполяцией по графику. Если в процессе осаждения температура суспензии изменяется, то время осаждения определяется интерполяцией по средней температуре опыта. Для устранения влияния изменения температуры рекомендуется применять термостат. Пробу, слитую в чашечку или тигель, выпаривают и прокаливают до постоянной массы при 500—550°C.

Таблица 2

Диаметр частиц, мкм	Температура суспензии, °С					
	15		20		25	
	40	100	40	100	40	100
5	—	42 мин	—	37 мин	—	32 мин
1	6 ч 58 мин	17 ч 26 мин	6 ч 8 мин	15 ч 20 мин	5 ч 26 мин	13 ч 35 мин

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.11.3. Обработка результатов

Массовую долю частиц диаметром 5 мкм и более ( $X_5$ ) и частиц

диаметром 1 мкм и менее ( $X_7$ ) в процентах вычисляют по формулам:

$$X_6 = \frac{0,030 - m}{0,030} \cdot 100,$$

$$X_7 = \frac{m_1}{0,030} \cdot 100,$$

где  $m$  — масса сухого остатка крупной фракции, г;

$m_1$  — масса сухого остатка мелкой фракции, г;

0,030 — масса анализируемого продукта в 10 см<sup>3</sup> начальной суспензии, г.

Результат подсчетов выражают числами, округленными до целых единиц процента.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 2,5%.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.12. Определение остатка при просеве на сите

#### 3.12.1. Аппаратура

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью не более  $\pm 0,05$  г;

гири по ГОСТ 7328—82;

сито с сеткой № 016К (1482 отв/см<sup>2</sup>) диаметром 100 мм и высотой 30—35 мм (по ГОСТ 3584—73);

кисть № 18—20 из конского волоса.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### 3.12.2. Проведение анализа

Взвешивают 10 г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака), переносят на сито и просеивают при помощи кисточки. Окончание просева следует проводить на черном фоне.

Отсутствие частичек сернокислого бария на черном фоне свидетельствует об окончании просева.

Оставшиеся на сите и кисти твердые частицы количественно переносят на часовое стекло и взвешивают (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

#### 3.12.3. Обработка результатов


Остаток при просеве на сите ( $X_8$ ) в процентах вычисляют по форме

$$X_8 = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где  $m_1$  — масса остатка, г;

$m$  — масса навески сернокислого бария, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 5% относительно среднего результата определяемого значения.

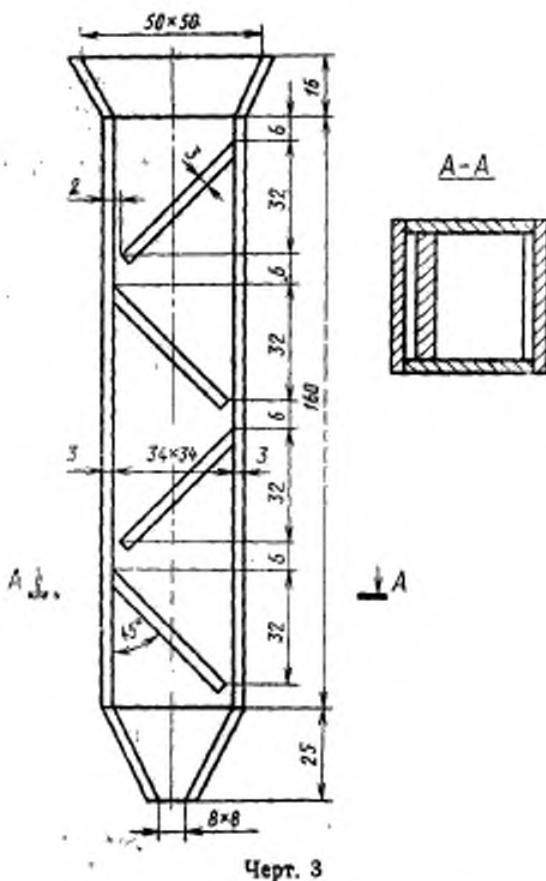

Черт. 3

### 3.13. Определение насыпной массы

#### 3.13.1. Аппаратура

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—80 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г и погрешностью взвешивания не более  $\pm 0,05$  г;

гирь по ГОСТ 7328—82;

сито с сеткой № 0315 (445 отв/см<sup>2</sup>) по ГОСТ 3584—73;

кисть № 18—20 из конского волоса;  
вolumетр (черт. 3).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.13.2. Проведение анализа

Насыпную массу определяют с помощью волюметра (черт. 3). Волюметр и его наклонные полки изготавливают из плексигласа либо из обычного стекла. Поверхность скольжения наклонных полок должна быть чистой и зеркально гладкой.

Взвешивают мерник (без продукта) (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака).

Сернокислый барий насыпают небольшими порциями на сито с сеткой № 0315, находящееся над волюметром, и слегка протирают кисточкой для свободного падения продукта через волюметр, который устанавливается на расстоянии 50 мм от dna мерника вместимостью 15—20 см<sup>3</sup>. После заполнения мерника поверхность продукта уравнивают срезанием ножом верхушки, выступающей выше краев мерника (постукивание по мернику и встряхивание не допускаются).

Взвешивают мерник с продуктом (результат в граммах записывают с точностью до второго десятичного знака).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.13.3. Обработка результатов

Насыпную массу ( $X_9$ ) в г/см<sup>3</sup> вычисляют по формуле

$$X_9 = \frac{m - m_1}{V},$$

где  $m$  — масса мерника вместе с продуктом, г;

$m_1$  — масса мерника без продукта, г;

$V$  — объем мерника, см<sup>3</sup>.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 15% относительно среднего результата определяемого значения.

## 4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Сернокислый барий упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 или в пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360—74, вложенные в льно-джуто-кенафные мешки по ГОСТ 18225—72 или вложенные в пятислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226—75 марки БМ, массой нетто не более 50 кг.

По согласованию с потребителем допускается упаковывание сернокислого бария в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78 или в пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360—74, вложенные в деревянные сухопарные бочки по ГОСТ 8777—80 вместимостью

100 л, а также в специализированные мягкие контейнеры типов МКР-1,0 М, МКР-1,0 С, МК-1,5 Л.

Полиэтиленовый мешок или пленочный вкладыш подворачивают и прошивают вместе с бумажным или льно-джуто-кенафным мешком.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2 и шифра группы 922.

На каждую упаковочную единицу наносят надпись, содержащую следующие данные:

- а) наименование продукта;
- б) номер партии;
- в) обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3. (Исключен, Изм. № 1).

4.4. Сернокислый барий транспортируют всеми видами транспорта (кроме авиации) в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Барий сернокислый, упакованный в мешки и бочки, транспортируют по ГОСТ 21929—76 на поддонах со скреплением пакета термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951—83. Основные параметры и размеры пакетов, а также масса брутто должны соответствовать ГОСТ 24597—81. Специализированные мягкие контейнеры транспортируют по железной дороге в полувагонах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие сернокислого бария требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения сернокислого бария — 1,5 года со дня изготовления.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Разд. 6. (Исключен, Изм. № 1).

## Изменение № 2 ГОСТ 11380—74 Барий сернокислый аккумуляторный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 07.12.89 № 3595

Дата введения 01.06.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «Наименование показателей» на «Наименование показателя», «Нормы» на «Норма»; пункт 6 исключить;

графа «Наименование показателя» Пункт 8. Заменить слово: «Потери» на «Массовая доля потерь»;

пункт 9. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля» (2 раза);

пункт 10. Заменить слова и ссылку «Остаток» на «Массовая доля остатка»; ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 6613—86;

пункт 11. Заменить слова: «Насыпная масса» на «Насыпная плотность».

Пункт 1а.1 дополнить абзацем: «По степени воздействия на органы человека сернокислый барий относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76. Предельно допустимая концентрация сернокислого бария в воздухе рабочей зоны составляет 6 мг/м<sup>3</sup> по ГОСТ 12.1.005—88».

Пункты 3.2, 3.4.1 изложить в новой редакции: «3.2. Для проведения анализа и приготовления растворов применяют реактивы квалификаций «химически чистый» или «чистый для анализа».

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудованием с техническими характеристиками не хуже указанных, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

(Продолжение см. с. 270)

3.4.1. Средства измерения, аппаратура, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гири Г-2—210 и Г-3—210 по ГОСТ 7328—82.

Электропечь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева 800—850 °С.

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 150—180 °С.

Плитка электрическая закрытого типа ЭПШ-1—08/220 по ГОСТ 14919—83.

Эксикатор любого исполнения по ГОСТ 25336—82.

Стакан В-1—250 ТС по ГОСТ 25336—82.

Тигли низкие 3 или 4 по ГОСТ 9147—80.

Стаканчики СВ по ГОСТ 25336—82.

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента».

Цилиндры мерные 1—100 (250, 500) по ГОСТ 1770—74.

Пипетка 4—2—1 по ГОСТ 20292—74.

Колба мерная 1—1000—2 по ГОСТ 1770—74.

Силикагель технический по ГОСТ 3956—76, высушенный при 150—180 °С.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77.

Смесь кислот с массовой долей соляной кислоты 10 % и массовой долей серной кислоты 0,1 %, готовят следующим образом: 242,3 см<sup>3</sup> соляной кислоты растворяют в 500 см<sup>3</sup> воды, приливают при помощи пипетки 0,6 см<sup>3</sup> серной кислоты и доводят объем раствора водой до 1 дм<sup>3</sup>.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, раствор с массовой долей 1 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Пункт 3.4.2. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Взвешивают (2,0 ± 0,2) г сернокислого бария (результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака), помешают в стакан, приливают

(Продолжение см. с. 271)

100 см<sup>3</sup> раствора соляной кислоты и осторожно кипятят при перемешивании в течение 15 мин, разбавляя до 100 см<sup>3</sup> водой, нагретой до кипения.

Затем фильтруют через плотный двойной фильтр «синяя лента», промывают до отрицательной реакции на нон хлора водой, нагретой до кипения; третий абзац. Исключить слово: «фарфоровый»;

четвертый абзац. Заменить слова: «до четвертого десятичного знака» на «(результат в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункт 3.4.3. Экспликация Третий абзац перед словом «потери» дополнить словами: «массовая доля»;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ».

Пункт 3.5.1 изложить в новой редакции: «3.5.1. Средства измерения, аппаратура, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гири Г-2—210 и Г-3—210 по ГОСТ 7328—82.

Цилиндры мерные 1—100(250, 500) по ГОСТ 1770—74.

Колбы мерные 1—250(1000)—2 по ГОСТ 1770—74.

Пипетки 2—2—25(10) по ГОСТ 20292—74.

Бюретка 3—2—25—0,1 по ГОСТ 20292—74.

Плитка электрическая закрытого типа ЭПШ-1—08/220 по ГОСТ 14919—83.

Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147—80.

Стаканчики СВ по ГОСТ 25336—82.

Колба Кн-2—500 ТС по ГОСТ 25336—82.

Воронка лабораторная по ГОСТ 25336—82.

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента».

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор с массовой долей 0,5 %.

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72, раствор с массовой долей 10 %.

Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, раствор концентрации  $c(\text{KOH}) = 5$  моль/дм<sup>3</sup>.

Цинк по ГОСТ 3640—79 марки ЦВ или ЦО в чушкиах (для установления поправочного коэффициента), раствор концентрации  $c(\text{Zn}^{2+}) = 0,05$  моль/дм<sup>3</sup>; готовят по ГОСТ 10398—76.

Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652—73, раствор концентрации  $c(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>; готовят следующим образом: 9,31 г трилона Б растворяют в воде (если раствор мутный, его фильтруют), затем переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>. Объем раствора доводят до метки водой и хорошо перемешивают.

Поправочный коэффициент раствора трилона Б устанавливают в соответствии с ГОСТ 10398—76 по раствору соли цинка, отбирая для титрования 10 см<sup>3</sup> раствора концентрации  $c(\text{Zn}^{2+}) = 0,05$  моль/дм<sup>3</sup>. Поправочный коэффициент раствора трилона Б вычисляют по формуле

$$K = \frac{10 \cdot 2}{V},$$

где  $V$  — объем раствора трилона Б концентрации  $c(\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{Na}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87, высший сорт.

Метиловый красный (индикатор), спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %.

Калий хлористый по ГОСТ 4234—77.

Флуорексон (индикатор).

Тимолфталексон (индикатор).

Смешанный индикатор, готовят следующим образом: 0,1 г флуорексона и 0,1 г тимолфталексона растирают в ступке с 15 г хлористого калия.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Пункт 3.5.2. Первый абзац. После слов «десятичного знака» закрыть скобку; исключить слова: «вместимостью 500 см<sup>3</sup>».

второй абзац. Исключить слова: «вместимостью 500 см<sup>3</sup>».

Пункт 3.5.3. Экспликация. Второй абзац после слов «трилона Б» изложить в новой редакции: «концентрации  $c(C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>»;

третий абзац после слов «трилона Б» изложить в новой редакции: «концентрации  $c(C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>, г»;

дополнить абзацем (после третьего): « $K$  — поправочный коэффициент раствора трилона Б концентрации  $c(C_{10}H_{14}N_2Na_2O_8 \cdot 2H_2O) = 0,025$  моль/дм<sup>3</sup>»;

четвертый абзац перед словом «потерии» дополнить словами: «массовая доля»;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Пункт 3.6.1 изложить в новой редакции: «3.6.1. Средства измерения, аппаратура, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гиря Г-2—210 и Г-3—210 по ГОСТ 7328—82.

Фотоэлектроколориметр типа ФЭК-56, ФЭК-60 или других типов.

Пипетки 2—2—10(20) по ГОСТ 20292—74.

Колбы мерные 1—100 (250, 500, 1000) — 2 по ГОСТ 1770—74.

Цилиндры мерные 1—10 (25, 100, 250, 500) по ГОСТ 1770—74.

Бюретки 6—2—5 (10) — 0,02 по ГОСТ 20292—74.

Бумага универсальная индикаторная.

Стаканчики СВ по ГОСТ 25336—82.

Воронка лабораторная по ГОСТ 25336—82.

Колба Кн-2—500 ТС по ГОСТ 25336—82.

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента».

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор, разбавленный 1:4 по объему, и раствор с массовой долей 25 %.

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, раствор с массовой долей 10 %.

2,2'-Дипиридинил, раствор готовят следующим образом: 2,5 г реактива растворяют в 25 см<sup>3</sup> этилового спирта и разбавляют водой до 500 см<sup>3</sup>.

Кислота аскорбиновая, водный раствор с массовой долей 5 % (следует беречь от воздействия света, воздуха и тепла, сохранять в темной склянке); годен не более двух недель.

Раствор железа, содержащий 1 мг Fe<sup>2+</sup> в 1 см<sup>3</sup>; готовят по ГОСТ 4212—76 (раствор А).

10 см<sup>3</sup> раствора А разбавляют водой до 1 дм<sup>3</sup> (раствор Б). 1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,01 мг Fe<sup>2+</sup>, годен в течение суток.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300—87, высший сорт.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Пункт 3.6.2. Заменить слова: «стандартные растворы» на «градуировочные растворы» (4 раза), «микробюреткой» на «бюреткой», «25 %-ного раствора соляной кислоты» на «раствора соляной кислоты с массовой долей 25 %» (2 раза).

Пункт 3.6.3. Первый абзац. Исключить слова: «вместимостью 500 см<sup>3</sup>»; заменить слова: «разбавляют 1:4» на «разбавленного 1:4 по объему»;

(Продолжение см. с. 273)

третий абзац. Заменить слова: «25 %-ного раствора соляной кислоты» на «раствора соляной кислоты с массовой долей 25 %»; после слов «по 5 см<sup>3</sup>» дополнить словом: «растворов».

Пункт 3.6.4. Экспликация. Третий абзац перед словом «потери» дополнить словами: «массовая доля»;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ».

Пункт 3.7. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Пункт 3.7.1 изложить в новой редакции: «3.7.1. Средства измерения, аппаратура, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Гири Г-2 210 по ГОСТ 7328-82.

Колба мерная 1—250—2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетка 2—2—100 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры мерные 1—5 по ГОСТ 1770-74.

Бюрокетка 6—2—10—0,02 по ГОСТ 20292-74.

Колбы Ки-2—250 (500) ТС по ГОСТ 25336-82.

Воронка лабораторная по ГОСТ 25336-82.

Фильтры бумажные обеззоленные «синяя лента».

Стаканчики СВ по ГОСТ 25336-82.

Плитка электрическая закрытого типа ЭПШ-1—08/220 по ГОСТ 14919-83.

Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520-78, раствор концентрации  $c(1/2\text{Hg}(\text{NO}_3)_2\cdot\text{H}_2\text{O}) = 0,1$  моль/дм<sup>3</sup>.

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77 плотностью 1,4 г/см<sup>3</sup>.

Натрий нитропруссидный, раствор с массовой долей 10 %.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72».

Пункт 3.7.2. Первый абзац. Заменить слова: «горячей воды» на «воды, нагретой до кипения», «плотный» на «бумажный»;

второй абзац. Заменить слова: «микробюретки» на «бюретки»; после слов «ртути до» дополнить словом: «появления».

Пункт 3.7.3. Экспликация. Второй, третий абзацы после слова «точно» дополнить формулой:  $c(1/2\text{Hg}(\text{NO}_3)_2\cdot\text{H}_2\text{O}) =$ ;

четвертый абзац перед словом «потери» дополнить словами: «массовая доля»;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ ».

Пункт 3.8 исключить.

Пункт 3.9. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Пункт 3.9.1а изложить в новой редакции: «3.9.1а. Средства измерения, аппаратура и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Гири Г-2—210 по ГОСТ 7328-82.

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева  $(120 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

Экскаватор любого исполнения по ГОСТ 25336-82.

Силикагель по ГОСТ 3956-76, высушенный при  $150-180^\circ\text{C}$ .

Стаканчики СВ по ГОСТ 25336-82».

Пункт 3.9.1. Первый абзац. Заменить слова: «в алюминиевой кювете (стаканчике для взвешивания с притертым крышкой)» на «в стаканчике для взвешивания (или алюминиевой кювете)».

Пункт 3.9.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных

(Продолжение см. с. 274)

определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 5 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Пункт 3.10 после слова «Определение» дополнить словами: «массовой доли».

Пункт 3.10.1а изложить в новой редакции: «3.10.1а. Средства измерения, аппаратура, реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Гири Г-2-210 по ГОСТ 7328-82.

Шкаф электрический сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 150-180 °С.

Электропечь муфельная с терморегулятором, обеспечивающая температуру нагрева 500-600 °С.

Эксикатор любого исполнения по ГОСТ 25336-82.

Тигли низкие 3 или 4 по ГОСТ 9147-80.

Силикагель по ГОСТ 3956-76, высушенный при 150-180 °С.

Пункт 3.10.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 5 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Пункт 3.11.1 изложить в новой редакции: «3.11.1. Средства измерения, аппаратура, реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гири Г-2-210 и Г-3-210 по ГОСТ 7328-82.

Ступка с пестиком по ГОСТ 9147-80.

Термометр стеклянный ртутный с пределами измерения от 0 до +50 °С.

Тигли низкие 3 или 4 или чашка по ГОСТ 9147-80.

Установка для определения фракционного состава (черт. 1), состоящая из следующих элементов: цилиндрического сосуда вместимостью 4-5 л  $\text{dm}^3$  для приготовления суспензии, пропеллерной мешалки с частотой вращения 200-250  $\text{min}^{-1}$ , пипетки (черт. 2) вместимостью 10  $\text{cm}^3$ , термометра, вспомогательного сосуда для взятия пробы с помощью вакуума, горловина которого через трехходовой кран соединена с пипеткой. На ножке пипетки нанесены две метки — на расстояния 100 и 40 мм от ее нижнего края. Пипетку закрепляют на штативе так, чтобы она могла плавно подниматься и опускаться по стержню. На стержне устанавливают шкалу для отсчета высоты положения держателя с пипеткой.

Аммоний лимоннокислый по ТУ 6-09-01-768-89.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Пункт 3.11.2. Второй абзац. Заменить ссылку: «по п. 3.11.1» на «с помощью пропеллерной мешалки. Для улучшения перемешивания в суспензию параллельно оси мешалки опускают лопаточку из стекла или пластика»;

третий абзац. Заменить слова: «после чего крана пипетки» на «после чего крана пипетки», «внешней атмосферой» на «атмосферой».

Пункт 3.11.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 2,5 %, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

Пункт 3.12 после слова «Определение» дополнить словами: «массовой доли».

Пункт 3.12.1 изложить в новой редакции: «3.12.1. Средства измерения, аппаратура

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гири Г-2-210 и Г-3-210 по ГОСТ 7328-82.

(Продолжение см. с. 275)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11380—74)*

Сито с сеткой № 016К по ГОСТ 6613—86 диаметром 100 мм и высотой 30—35 мм.

Кисть № 18—20 из конского волоса.

Пункт 3.12.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 5 %, при доверительной вероятности  $P = 0.95$ ».

Пункты 3.13—3.13.2 изложить в новой редакции: «3.13. Определение насыпной плотности

3.13.1. Средства измерения, аппаратура

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го и 3-го классов точности с наибольшими пределами взвешивания 200 и 1000 г соответственно.

Гири Г-2—210 и Г-3 210 по ГОСТ 7328—82.

Сито с сеткой № 0315Н по ГОСТ 6613—86.

Кисть № 18—20 из конского волоса.

Волюметр (черт. 3), изготовленный из органического стекла по ГОСТ 17622—72 или стекла. Поверхность скольжения наклонных полок должна быть чистой и гладкой.

Цилиндр 1—100 по ГОСТ 1770—74, обрезанный до метки 20 см<sup>3</sup> (мерник).

3.13.2. Проведение анализа

Волюметр и сито закрепляют на штативе строго вертикально: волюметр — на расстояние 50 мм от дна мерника, сито — непосредственно над верхним отверстием волюметра.

Взвешивают мерник без продукта (результат в граммах записывают до второго десятичного знака).

Сероникислый барий насыпают небольшими порциями на сито и слегка протирают кистью для свободного падения продукта через волюметр.

После заполнения мерника поверхность продукта уравнивают с краями мерника при помощи ножа (или линейки), избегая толчков или колебаний мерника.

После этого, слегка постучав по сосуду, чтобы продукт осел и не рассыпался при взвешивании, следует очистить его снаружи от прилипших частиц и взвесить (результат взвешивания в граммах записывают до второго десятичного знака)».

Пункт 3.13.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп-

*(Продолжение см. с. 276)*

ределений, относительное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 15 %, при доверительной вероятности  $P=0,95$ .

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Сернокислый барий упаковывают в полистиленовые мешки по ГОСТ 17811-78 или в пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360-74, вложенные в льно-джуто-канафные мешки по ГОСТ 18225-72 массой нетто 50 кг или вложенные в четырех-, пятислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226-88 марок БМ, ПМ с массой нетто в соответствии с ГОСТ 2226-88. Допускаемое отклонение массы мешка с продуктом  $\pm 1$  кг.

По согласованию с потребителем допускается упаковывание сернокислого бария в полистиленовые мешки по ГОСТ 17811-78 или в пленочные мешки-вкладыши по ГОСТ 19360-74, вложенные в деревянные сухотарные бочки по ГОСТ 8777-80 вместимостью 100 л-дм<sup>3</sup>, а также в специализированные мягкие контейнеры типов МКР-1,0 М по ТУ 6-19-264-87, МКР-1,0 С по ТУ 6-19-74-77, МКР-1,5 Л по ТУ 6-52-04-89.

Полистиленовый мешок или пленочный вкладыш подворачивают и прошивают вместе с бумажным или льно-джуто-канафным мешком. При укладывании в деревянные бочки полистиленовых мешков или пленочных вкладышей с продуктом допускается завязывание их двойным узлом».

Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить слова: «с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433-81 (класс 9, подкласс 9.2, шифр группы 922)».

Пункт 4.4 после слов «данного вида» изложить в новой редакции: «По железной дороге сернокислый барий транспортируют повагонными отправками.

Сернокислый барий, упакованный в мешки и бочки, транспортируют пакетами по ГОСТ 26663-85 с использованием поддонона по ГОСТ 9078-84 или ГОСТ 9557-87. Средства скрепления — по ГОСТ 21650-76, габаритные размеры и масса брутто транспортного вакета должны соответствовать ГОСТ 24597-81.

Продукт, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, транспортируют открытым подвижным составом в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР, без перегрузок в пути следования, с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузовладельцев».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5: «4.5. Сернокислый барий хранят в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги.

Допускается хранение сернокислого бария, упакованного в мягкие специализированные контейнеры, на открытых площадках».

(ИУС № 2 1990 г.)

Редактор *Р. С. Федорова*  
Технический редактор *Н. В. Келейникова*  
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 30.04.85 Подп. в печ. 27.06.85 1.25 усл. л. л. 1.375 усл. кр.-отт. 1.20 усл.-кад. л.  
Тир. 8.000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новодесненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лихий пер., 6. Зак. 643