

ГОСТ 8536—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ЗАГОТОВКИ СУДОВЫХ ВАЛОВ И БАЛЛЕРОВ РУЛЕЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б37-2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**Поправка к ГОСТ 8536—79 Заготовки судовых валов и баллеров рулей.  
Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.14, третий абзац	сопряжения тела вала с корпусом	сопряжения тела вала с конусом

(ИУС № 3 2013 г.)

**ЗАГОТОВКИ СУДОВЫХ ВАЛОВ  
И БАЛЛЕРОВ РУЛЕЙ**

**Технические условия**

**ГОСТ  
8536—79**

Blanks for marine shafts  
and rudder stocks. Specifications

Дата введения 01.01.81

По пп. 2.20 и 2.23 для заготовок из коррозионно-стойкой стали дата введения установлена 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на заготовки:

- судовых валов (гребных, дейдвудных, промежуточных, упорных);
- ведущих валов и валов ротора крыльчатых движителей (КД);
- баллеров и штырей рулей, успокоителей качки и поворотных насадок;
- баллеров и валов подрывающих устройств, поворотных колонок и различных устройств с движителями в качестве рабочего органа;
- валов, штанг и цилиндров механизма изменения шага гребных винтов регулируемого шага (ВРШ);
- съемных муфт для соединения указанных валов и баллеров;
- для судов, кораблей и плавсредств.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

### 1.1. Виды заготовок:

- кованые сплошные черновые заготовки из углеродистой стали (кроме гребных валов);
- кованые сплошные заготовки с предварительно обработанной наружной поверхностью из углеродистой, легированной и коррозионно-стойкой стали;
- кованые полые заготовки с предварительно обработанной наружной и окончательно обработанной внутренней поверхностью из углеродистой и легированной стали;
- кованые полые заготовки с предварительно обработанными наружной и внутренней поверхностями из углеродистой и легированной стали для деталей, кроме валов;
- заготовки сплошные из горячекатаной коррозионно-стойкой стали диаметром до 200 мм, заготовки сплошные из горячекатаной и калиброванной углеродистой, легированной и коррозионно-стойкой стали.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. При диаметре внутреннего отверстия менее 80 мм заготовки оценивают как сплошные.

1.3. В зависимости от показателей механических свойств заготовки разделяются на группы:

- заготовки из углеродистой стали с повышенными показателями механических свойств категорий прочности KM20, KM22, KM25, KM28, KM32, KM22A, KM25A, KM28A (табл. 2, 3);
- заготовки из легированной стали с повышенными показателями механических свойств категорий прочности KT36, KT40, KT50, KT60, KT70, KT80, KT90, KT100 (табл. 4);
- заготовки из коррозионно-стойкой стали.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заготовки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Химический состав углеродистой стали должен соответствовать ГОСТ 1050, легированной — ГОСТ 4543, коррозионно-стойкой стали — ГОСТ 5632.

Остаточное содержание нелегирующих элементов в кованых заготовках из стали по ГОСТ 1050 и ГОСТ 4543 по согласованию с потребителем, Регистром СССР или Речным регистром РСФСР может превышать указанное в стандартах при условии обеспечения всех остальных требований настоящего стандарта.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.3. Категорию прочности и марку стали заготовок указывают на чертеже.

Марки сталей для заготовок из углеродистой и легированной стали в зависимости от требуемой категории прочности и диаметра (толщины стенки) приведены в приложении I.

Допускается замена марки стали, указанной на чертеже, на другую марку, рекомендуемую настоящим стандартом для данного сечения и категории прочности.

2.4. Коррозионно-стойкие стали применяют для изготовления заготовок деталей, эксплуатируемых в забортной воде без гидроизоляции: сталь марки 20Х13 — для заготовок деталей, эксплуатируемых в пресной воде, стали марок 14Х17Н2 и 09Х17Н7Ю в морской воде.

2.5. Кованые заготовки из коррозионно-стойкой стали изготавливают из слитков массой не более 3500 кг.

2.6. Отливка слитков, предназначенных для заготовок гребных и дейдвудных валов, и слитков массой 25000 кг и более для кованых заготовок других изделий должна производиться с вакуумированием металла при разливке или продувкой его инертными газами.

Отливку слитков массой менее 24000 кг для заготовок гребных и дейдвудных валов допускается производить без вакуумирования.

Обжатие в комбинированных бойках с подстуживанием поверхности при относительной подаче — 0,4—0,5.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.7. Заготовки валов, баллеров, штырей, штанг ВРШ из горячекатаной и калиброванной стали по согласованию с органами надзора допускается изготавливать из прутков круглого сечения, поставляемых по ГОСТ 1050, ГОСТ 7417, ГОСТ 4543.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.8. Уков при выборе размеров слитка или блюмсов должен составлять:

- от слитка по сечению основного тела заготовки — не менее 3;
- по сечению гребня и фланцев валов — не менее 1,5;
- от блюмса по сечению основного тела заготовки — не менее 1,5;
- по сечению гребня и фланцев валов — не менее 1,3.

При ковке из удлиненных слитков снижение минимального укова — с 3 до 2,5.

Допускается снижение минимального укова до 2,0 при ковке способами, использующими:

- осадку слитка, биллетированного на вогнутую боковую поверхность;
- обжатие в вырезных бойках с подстуживанием поверхности и последующую ковку по четырем широким граням узкими бойками;

- схему трехразовой кантовки поковок на 90° в одном направлении и заключительную кантовку на 45° в обратном направлении;

- бойки со скрещивающимися рабочими поверхностями.

2.9. Конусная часть гребного вала, предназначенная для посадки гребного винта, и фланцы гребного вала ВРШ и КД должны быть расположены в нижней (донной) части слитка. При изготовлении из одного слитка двух и более поковок гребных валов и валов ВРШ и КД допускается расположение конусной части гребного вала и фланца гребного вала ВРШ и КД в средней части слитка. Допускается располагать конусную часть гребного вала и фланцы гребных валов ВРШ и КД в прибыльной части слитка при условии, что качество металла удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

2.10. Размеры заготовок из углеродистой и легированной стали должны учитывать припуски на механическую обработку, допуски на размеры и технологические напуски для поковок, изготавляемых свободной ковкой на прессах по ГОСТ 7062 свободной ковкой на молотах — по ГОСТ 7829 и

горячей штамповкой — по ГОСТ 7505, а также напуски на пробы для испытаний. Для заготовок из углеродистой и легированной стали массой выше 35000 кг, изготавляемых свободной ковкой на прессах, а также для заготовок из коррозионно-стойкой стали припуски и напуски устанавливаются по технологической документации изготовителя, согласованной с потребителем.

2.11. На предварительно обработанных поверхностях кованых заготовок или заготовок, изготовленных из горячекатаного прутка, не должно быть трещин, рванин, раскованных и раскатанных пузьрей, черновин, раскованных или раскатанных загрязнений. Местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или зачисткой.

Допускается не удалять местные дефекты, если глубина дефекта не превышает 65 % припуска под окончательную обработку с учетом искривления оси заготовки, в соответствии с табл. 6, но оставшийся после удаления дефектов припуск не должен быть менее 2 мм. Глубину дефектов проверяют контрольной вырубкой или зачисткой.

2.12. На поверхности черновых кованых заготовок допускается наличие трещин, рванин, заков, если оставшийся припуск на окончательную обработку после удаления дефектов будет не менее 25 % номинального одностороннего припуска, но не менее 2 мм. Глубину дефектов проверяют у изготовителя контрольной вырубкой или зачисткой.

2.13. Поверхность горячекатанных заготовок должна удовлетворять требованиям ГОСТ 5949.

2.14. На окончательно обработанных потребителем поверхностях деталей не допускаются раскатанные или раскованные загрязнения и неметаллические включения протяженностью более 6 мм, раскованные или раскатанные пузьри, трещины, заковы и черновины.

Обнаруженные дефекты устраняют пологой зачисткой на глубину не более 0,5 мм с последующей шлифовкой и плавным сопряжением места зачистки с поверхностью детали.

На поверхности гребных валов на участках 0,6 чистового диаметра в обе стороны от места сопряжения тела вала с корпусом (0,6 чистового диаметра вала от фланца для валов ВРШ) раскованные или раскатанные загрязнения и неметаллические включения должны быть удалены полностью. На остальной поверхности гребных валов должны быть удалены раскатанные или раскованные загрязнения и неметаллические включения протяженностью более 5 мм и от 3 до 5 мм, если расстояние между ними менее 30 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.15. На внутренней окончательно обработанной поверхности заготовок валов и баллеров рулей не допускаются раскованные или раскатанные загрязнения и неметаллические включения протяженностью более 10 мм, а также пузьри, трещины, заковы и черновины.

2.16. Заготовки, изготовленные из горячекатанных прутков, поставляемых по ГОСТ 5949, и кованые заготовки подвергаются термической обработке — закалке с отпуском.

Отпуск заготовок судовых валов и баллеров рулей проводится при температуре не ниже 600 °С.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.17. Для заготовок из углеродистой стали допускается применение нормализации с высоким отпуском.

2.18. Режим термической обработки устанавливает изготовитель заготовок.

2.19. Макроструктура кованых заготовок должна быть однородной.

Не допускаются остатки усадочной раковины и усадочной рыхлости, пузьрей, расслоений, трещин и флокенов.

2.20. На поверхности макротемплетов кованых заготовок диаметром менее 100 мм не допускаются раскованные загрязнения и неметаллические включения, видимые невооруженным глазом. На поверхности макротемплетов кованых заготовок диаметром от 100 до 200 мм не допускаются раскованные загрязнения и неметаллические включения протяженностью более 1,0 мм:

— в зоне у поверхности заготовки от 0,9 до 1,0 чистового диаметра протяженностью более 3 мм и от 1 до 3 мм при расстоянии между ними менее 50 мм;

— во внутренней зоне заготовки до 0,9 чистового диаметра протяженностью более 6 мм и от 1 до 6 мм при расстоянии между ними менее 30 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2.21. Макроструктура горячекатанных заготовок — по ГОСТ 5949.

2.22. Сегрегация серы в отпечатках по Бауману в кованых заготовках из углеродистой и легированной стали допускается не выше балла 3. Для поковок из слитков массой до 25000 кг балл устанавливают по шкале, приведенной в приложении 2 (см. бандероль);

## С. 4 ГОСТ 8536—79

из слитков массой свыше 25000 до 50000 кг по шкале, приведенной в приложении 3 (см. бандероль); из слитков массой свыше 50000 до 145000 кг — по шкале, приведенной в приложении 4 (см. бандероль).

2.23. При проведении ультразвукового контроля (УЗК) фиксации подлежат дефекты эквивалентной площадью 8  $\text{мм}^2$  и более.

Не допускаются протяженные дефекты и участки, в которых при контроле нормальным искательем ослабляется данный сигнал до уровня поисковой чувствительности. Разобщенная цепочка неметаллических включений не является протяженным дефектом. Не допускаются дефекты эквивалентной площадью 50  $\text{мм}^2$  и более, непротяженные дефекты эквивалентной площадью от 8 до 20  $\text{мм}^2$  включительно, если расстояние между двумя такими дефектами менее 30 мм, и непротяженные дефекты эквивалентной площадью от 20 до 50  $\text{мм}^2$ , если расстояние между дефектами менее 50 мм.

Не допускаются непротяженные дефекты эквивалентной площадью от 8 до 50  $\text{мм}^2$ , если их общее количество на заготовке превышает 60 или если количество дефектов эквивалентной площадью от 20 до 50  $\text{мм}^2$  превышает 50. При этом для заготовок гребных и лейдвудных валов количество непротяженных дефектов в зонах по длине не должно превышать норм, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Зона по длине заготовки	Предельное количество допустимых дефектов	
	эквивалентной площадью от 8 до 20 $\text{мм}^2$	эквивалентной площадью от 20 до 50 $\text{мм}^2$
Чистовой диаметр в обе стороны от места сопряжения тела вала с конусом; чистовой диаметр от фланца для валов ВРШ	25	10
Остальная длина вала	50	20

2.24. Величина остаточных растягивающих напряжений термически обработанных кованых заготовок не должна превышать 10 % фактического предела текучести.

Для заготовок категории прочности до КМ32, изготовленных из углеродистой стали, величина остаточных растягивающих напряжений допускается 40 МПа (4 кгс/мм<sup>2</sup>).

Величина сжимающих остаточных напряжений в поверхностных слоях не ограничивается.

2.25. Механические свойства термически обработанных заготовок из углеродистой стали (кроме гребных валов) должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 2, заготовок гребных валов из углеродистой стали — в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.26. Нормы показателей механических свойств, полученных на тангенциальных образцах, уменьшаются против норм, предусмотренных в табл. 2 и 3 не более чем:

- предел текучести и временное сопротивление — на 0,05 от приведенной величины;
- относительное сужение — на 20 %;
- относительное удлинение — на 5 %;
- ударная вязкость — на 100 кДж/м<sup>2</sup> (1 кгс · м/см<sup>2</sup>), но не ниже 300 кДж/м<sup>2</sup> (3 кгс · м/см<sup>2</sup>).

2.27. Механические свойства термически обработанных заготовок из легированной стали с повышенными показателями механических свойств должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.28. Нормы показателей механических свойств, полученных на тангенциальных образцах, уменьшаются против норм, предусмотренных табл. 4, но не более чем:

- предел текучести и временное сопротивление — на 0,05 от приведенной величины;
- относительное сужение — на 20 %;
- относительное удлинение — на 2 %;
- ударная вязкость — на 100 кДж/м<sup>2</sup> (1 кгс · м/см<sup>2</sup>).

2.29. Механические свойства термически обработанных заготовок из коррозионно-стойкой стали должны соответствовать требованиям табл. 5.

2.30. Нормы показателей механических свойств, полученных на тангенциальных образцах, уменьшаются против норм, предусмотренных табл. 5, не более чем:

- предел текучести и временное сопротивление — на 0,1 от приведенной величины;
- относительное удлинение — на 0,5 от приведенной величины;
- относительное сужение — на 0,4 от приведенной величины;
- ударная вязкость — на 0,5 от приведенной величины.

Таблица 2

Нормы механических свойств заготовок из углеродистой стали (кроме гребеных валов)

Каталоги напряжений	Механические свойства	Материалы	Номер	Нормы механических свойств	Ударная вязкость, кг/м²	Диаметр заготовок сплошного сечения, мм	Ударная вязкость, кг/м²	Нормы механических свойств	Номер	Нормы механических свойств
				δ <sub>5</sub> , %	Ф, %	МТа	МТа	МТа	МТа	МТа
KM20	200 400 40	27 26 24 22 21	55 50 45 42 38	35 600 6,0 600 6,0	550 5,5 550 5,5 450	4,5 400 4,0	111—156	d = 5		
KM22	200 22 440 44	26 25 23 23 21	53 48 42 40 38	38 600 6,0 600 6,0	550 5,5 500 5,0 450	4,5 400 4,0	123—167	d = 5		
KM25	250 25 480 48	24 23 21 19 18	48 45 40 36 32	30 600 6,0 550 5,5 500	5,0 500 5,0 400 4,0	350 3,5 350 3,5 140—179	d = 2,5			
KM28	280 28 540 54	22 21 19 19 16	— 45 40 37 35	30 — 550 5,5 500 5,0 450	4,5 400 4,0 350 3,5 —	— 350 3,5 — 156—197	d = 2,5			
KM32	320 32 620 62	20 19 17 17 —	— 40 40 34 30 —	— 500 5,0 500 5,0 400	4,0 350 3,5 — —	— 350 3,5 — — 174—217	d = 3,5			

С. 6 ГОСТ 8536-79

Таблица 3

**Нормы механических свойств в заготовках из углеродистой стали для гребных валов**

MATERIALS AND METHODS

Таблица 4

## Нормы механических свойств заготовок из легированной стали

Категория прочности	Диаметр заготовок сплошного сечения, мм	Толщина стенки заготовок полого сечения, мм	Предел текучести $\sigma_t$		Временное сопротивление $\sigma_s$		Относительное удлинение $\delta_0.2\%$	Относительное сужение $\psi\%$	Ударная вязкость $a_w$		Число твердости HB	Толщина оправки $d$ , мм, при испытании на изгиб образца толщиной $s$ , мм
			МПа	кгс/мм <sup>2</sup>	МПа	кгс/мм <sup>2</sup>			кДж/м	кгс·м/см <sup>2</sup>		
			не менее									
KT36	До 400	До 250	360	36	600	60	18	44	600	6,0	174—217	$d = 3s$
	Св. 400 до 700	Св. 250 до 350					15	42	650	5,5		
KT40	До 400	До 250	400	40	630	63	17	44	600	6,0	187—229	$d = 4s$
	Св. 400 до 700	Св. 250 до 350					15	42	550	5,5		
KT50	До 400	До 250	500	50	700	70	17	45	600	6,0	212—248	$d = 4s$
	Св. 400 до 700	Св. 250 до 350					16	45	550	5,5		
KT60	До 400	До 250	600	60	750	75	15	42	600	6,0	235—277	$d = 4s$
	Св. 400 до 700	Св. 250 до 350					14	40	550	5,5		
KT70	До 400	До 250	700	70	850	85	15	40	550	5,5	269—311	$d = 4s$
	Св. 400 до 700	Св. 250 до 350					12	35	500	5,0		
KT80	До 300	До 200	800	80	950	95	15	40	500	5,0	293—331	—
	Св. 300 до 700	Св. 200 до 300					12	35	500	5,0		
KT90	До 200	До 150	900	90	1000	100	11	35	500	5,0	317—354	—
KT100	До 150	До 100	1000	100	1100	110	10	35	500	5,0	336—373	—

2.31. Металл термически обработанных заготовок из стали марок 14Х17Н2 с пределом текучести не менее 550 МПа (55 кгс/мм<sup>2</sup>) и 09Х17Н7Ю не должен быть склонен к межкристаллитной коррозии.

2.32. Полученные при испытании заготовок фактические значения временного сопротивления не должны превышать указанные в табл. 2—4 минимальные значения более чем на:

120 МПа (12 кгс/мм<sup>2</sup>) — при минимальном временном сопротивлении, равном или меньшем 600 МПа (60 кгс/мм<sup>2</sup>), и 150 МПа (15 кгс/мм<sup>2</sup>) при минимальном временном сопротивлении, большем 600 МПа (60 кгс/мм<sup>2</sup>) для заготовок из углеродистой и низколегированной стали;

150 МПа (15 кгс/мм<sup>2</sup>) — при минимальном временном сопротивлении, меньшем 900 МПа (90 кгс/мм<sup>2</sup>), и 200 МПа (20 кгс/мм<sup>2</sup>) — при минимальном временном сопротивлении, равном и большем 900 МПа (90 кгс/мм<sup>2</sup>), для заготовок из легированной стали.

Превышение минимальных значений временного сопротивления для всех категорий прочности не более чем на 180 МПа (18 кгс/мм<sup>2</sup>) не является браковочным признаком при условии, что остальные характеристики удовлетворяют требованиям категории прочности.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

2.33. При определении величины временного сопротивления на образцах, вырезанных из двух концов заготовки из углеродистой и легированной стали, разница между обоими значениями должна быть не более 60 МПа (6 кгс/мм<sup>2</sup>) при временном сопротивлении, равном или меньшем 600 МПа (60 кгс/мм<sup>2</sup>), и не более 100 МПа (10 кгс/мм<sup>2</sup>) — при временном сопротивлении более 600 МПа (60 кгс/мм<sup>2</sup>). Превышение разницы между обоими значениями не более чем в пределах разброса требуемой категории прочности (п. 2.32) не является браковочным признаком.

Разница между обоими значениями временного сопротивления, полученного на двух концах заготовки из коррозионно-стойкой стали, не должна превышать 200 МПа (20 кгс/мм<sup>2</sup>).

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

## С. 8 ГОСТ 8536—79

Таблица 5

## Нормы механических свойств заготовок из коррозионно-стойкой стали

Марка стали	Диаметр заготовки сплошного сечения, мм	Предел текучести $\sigma_t$		Временное сопротивление $\sigma_v$		Относительное удлинение $\delta_{5\%}$ , %	Относительное сужение $\psi$ , %	Ударная вязкость $a_n$		Число твердости HB	Рекомендуемый режим термической обработки
		МПа	Кгс/мм <sup>2</sup>	МПа	Кгс/мм <sup>2</sup>			Дж/м <sup>2</sup>	Кгс·м/см <sup>2</sup>		
		не менее									
20Х13	До 60	450	45	660	66	16	55	800	8,0	197—229	Закалка 1000 °C — 1050 °C, масло; отпуск 660 °C — 770 °C, воздух
	От 60 до 100					15	50	750	7,5		
	Св. 100 до 200					13	45	500	5,0		
20Х13	До 60	550	55	700	70	15	50	600	6,0	207—269	Закалка 1000 °C — 1050 °C, масло; отпуск 630 °C — 650 °C, воздух
	От 60 до 100					14	45	550	5,5		
	Св. 100 до 200					12	40	400	4,0		
14Х17Н2	До 60	550	55	700	70	12	45	600	6,0	179—277	Закалка 970 °C — 1050 °C, масло или воздух; отпуск 620 °C — 670 °C, воздух
	От 60 до 100					12	43	500	5,0		
	Св. 100 до 200					12	40	400	4,0		
09Х17Н7Ю	До 200	700	70	850	85	12	40	500	5,0	269—302	Закалка 1030 °C — 1070 °C, воздух; двукратная промежуточная обработка 740 °C — 760 °C, воздух — вода; отпуск 560 °C — 580 °C, воздух

Приимечание. Верхнее значение временного сопротивления не должно превышать указанного минимального значения более чем на 200 МПа (20 кгс/мм<sup>2</sup>).

2.34. Для изделий, работающих при отрицательных температурах, значение минимальной ударной вязкости при самой низкой рабочей температуре устанавливается по соглашению сторон.

2.35. Изогнутость оси предварительно механически обработанных кованых и катаных заготовок после термической обработки не должна превышать величин, указанных в табл. 6.

Таблица 6

Изогнутость оси предварительно механически обработанных заготовок  
после термической обработки

ММ							
Длина заготовки	До 2500	Св. 2500 до 4000	Св. 4000 до 6000	Св. 6000 до 10000	Св. 10000 до 15000	Св. 15000 до 20000	Св. 20000
Изогнутость оси	2,5	3	4	5	6	7	8

При большей изогнутости оси заготовки подвергают правке.

2.36. Заготовки, прошедшие после термической обработки правку в холодном или подогретом состоянии, подвергаются отпуску для снятия внутренних напряжений. Температура отпуска в этих случаях должна быть ниже не менее чем на 20° температуры основного отпуска.

2.37. На окончательно обработанных внутренних поверхностях полых заготовок и изделий ВРШ параметр шероховатости по десяти точкам должен быть не более  $R_s$  20 мкм по ГОСТ 2789; на поверхностях перехода различных диаметров — не более  $R_s$  40 мкм по ГОСТ 2789.

По согласованию сторон для заготовок длиной более 16 м параметр шероховатости перехода различных диаметров допускается не более  $Rz$  80 мкм по ГОСТ 2789.

2.38. На внутренней предварительно обработанной поверхности полых заготовок параметр шероховатости должен быть не более  $Rz$  320 мкм по ГОСТ 2789.

2.39. Для всех заготовок, кроме заготовок валов ВРШ, предельные отклонения размеров диаметра внутренних отверстий должны соответствовать квалитету Н16 ГОСТ 25347.

Для заготовок валов ВРШ предельные отклонения размеров диаметров внутренних отверстий должны соответствовать квалитету Н12 ГОСТ 25346.

Отклонение размеров отверстий нерабочих поверхностей заготовок валов ВРШ и баллеров рулей оговариваются в рабочем чертеже.

2.40. При расточке отверстий с двух сторон заготовки не допускаются ступенчатость и кольцевые задиры на поверхности перехода различных диаметров, а также риски глубиной более 0,3 мм, образующиеся при выводе инструмента. Переходы должны быть плавными, выполненными на конус или по радиусу.

2.41. Изогнутость оси в расточенных отверстиях заготовок не должна превышать величин, указанных в табл. 7.

Изогнутость оси расточенных отверстий  
мм

Таблица 7

Отношение длины вала к наименьшему диаметру осевого отверстия	Допускаемая изогнутость оси отверстия на длине вала		Отношение длины вала к наименьшему диаметру осевого отверстия	Допускаемая изогнутость оси отверстия на длине вала	
	для всех валов, кроме ВРШ	для валов ВРШ и баллеров рулей		для всех валов, кроме ВРШ	для валов ВРШ и баллеров рулей
До 10	1,50	1,00	Св. 50 до 65	3,00	2,25
* 20	2,00	1,50	* 65 * 80	3,25	2,50
Св. 20 до 35	2,50	1,80	* 80 * 100	3,50	2,75
* 35 * 50	2,75	2,00	* 100	4,00	3,00

По согласованию с потребителем нормы допускаемой изогнутости осей заготовок, кроме валов ВРШ, могут быть увеличены (но не более чем на 50 %).

2.42. Несовпадение осей отверстий различных диаметров, растачиваемых с различных концов заготовки, не должно превышать, мм:

- 3 — у заготовок длиной до 10 м;
- 4 \* \* \* св. 10 до 15 м;
- 5 \* \* \* св. 15 до 20 м;
- 6 \* \* \* св. 20 м.

Для валов, работающих с движителями ВРШ и баллеров рулей величина несовпадений осей отверстий, растачиваемых с разных концов, может оговариваться на чертежах.

2.43. Смещение поверхности перехода различных диаметров внутренней расточки вдоль оси гребного и дейдвудного валов допускается в сторону большего отверстия не более чем на 100 мм, в сторону меньшего отверстия — не более чем на 50 мм.

Для баллеров рулей допускаемые смещения оговариваются на чертеже.

2.44. Смещение оси наружной поверхности относительно оси отверстия (экцентризитет) не должно превышать 35 % величины припуска, оставляемого на одну сторону для окончательной механической обработки поверхности.

2.45. В процессе изготовления заготовок должны быть приняты меры, исключающие возможность их намагничивания.

#### Приимеры условных обозначений

Сплошная заготовка из углеродистой стали марки 30, диаметром 350 мм, длиной 2500 мм, категории прочности КМ25:

$\varnothing 350 \times 2500$ ; 30 ГОСТ 1050—88

КМ 25 ГОСТ 8536—79

## C. 10 ГОСТ 8536-79

Полая заготовка из стали марки 38Х2Н2МА, наружным диаметром 510 мм, внутренним диаметром 150 мм, длиной 16800 мм, категории прочности КТ60:

$\varnothing 510/150\ 16800; 38X2H2MA$  ГОСТ 4543-71

КТ 60 ГОСТ 8536-79

Сплошная заготовка из горячекатаной стали марки 09Х17Н7Ю, диаметром 95 мм, длиной 5730 мм с пределом текучести 700 МПа (70 кгс/мм<sup>2</sup>), относительным сужением не менее 12 %, ударной вязкостью не менее 500 кДж/м<sup>2</sup> (5 кгс · м/см<sup>2</sup>):

$\varnothing 95\ 5730; 09X17H7JO$  ГОСТ 5632-72

$\sigma_t \geq 70 - \psi 1.12 - a_u \leq 15$  ГОСТ 8536-79

2.46. Заготовки валов и баллеров рулей для судов речного флота допускается изготавливать по ГОСТ 8479 по согласованию с потребителем, Регистром СССР или Речным регистром РСФСР.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия заготовок требованиям настоящего стандарта устанавливаются приемо-сдаточные испытания.

3.2. Объем испытаний приведен в табл. 8.

Таблица 8  
Объем испытаний

Группа заготовки	Вид заготовки	Проверяемый параметр	Номер пункта стандарта		Объем выборки	Вид испытаний	
			техни-ческие требования	методика испытаний			
Категории прочности КМ, КМА и КТ	Кованые черновые заготовки; кованые сплошные заготовки с предварительно обработанной наружной поверхностью; кованые полые заготовки с предварительно обработанной наружной и окончательно обработанной внутренней поверхностью; кованые полые заготовки с предварительно обработанными наружной и внутренней поверхностями	Химический состав	2.2	4.1	Одна проба от плавки	Приемо-сдаточные	
		Размеры	2.10, 2.39, 2.42, 2.44	4.12	Сплошной контроль		
		Состояние поверхности	2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.37, 2.38, 2.40	4.10, 4.11			
		Изогнутость оси	2.35, 2.41	4.13			
		Внутренние дефекты (УЗК)	2.23	4.17	Каждая заготовка гребных и дейдвудных валов диаметром 400 мм и более. Заготовки гребных и дейдвудных валов диаметром менее 400 мм и других деталей по согласованию сторон		
		Макроструктура	2.19, 2.20	4.15	Сплошной контроль		
		Сегрегация серы	2.22	4.15			

*Продолжение табл. 8*

Группа заготовки	Вид заготовки	Проверяемый параметр	Номер пункта стандарта		Объем выборки	Вид испытаний	
			техни-ческие требования	методика испытаний			
Категории прочности КМ, КМА и КТ	Кованые черновые заготовки; кованые сплошные заготовки с предварительно обработанной наружной поверхностью; кованые полые заготовки с предварительно обработанной наружной и окончательно обработанной внутренней поверхностью; кованые полые заготовки с предварительно обработанными наружной и внутренней поверхностями	Остаточные напряжения	2.24	4.14	Заготовки, имеющие отношение длины к диаметру более 20: одна заготовка от партии-садки или каждая заготовка при индивидуальной термической обработке	Сплошной контроль	
		Механические свойства	2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.32, 2.33	4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7	Сплошной контроль		
		Холодный изгиб	2.25, 2.27	4.8	Заготовки массой более 2000 кг по требованию органов надзора		
		Ударная вязкость при отрицательной температуре	2.34	4.7	По требованию органов надзора		
Заготовки из коррозионностойкой стали	Кованые сплошные заготовки с предварительно обработанной наружной поверхностью; горячекатанный пруток	Химический состав	2.2	4.1	Одна проба от плавки	Приемо-сдаточные	
		Размеры	2.10, 2.40	4.12	Сплошной контроль		
		Состояние поверхности	2.11, 2.13, 2.14, 2.15	4.10, 4.11	Сплошной контроль		
		Изогнутость оси	2.35, 2.41	4.13	Сплошной контроль		
		Внутренние дефекты (УЗК)	2.23	4.17	Заготовки гребных и дельфиновых валов и других деталей по согласованию сторон		
		Макроструктура	2.19, 2.20, 2.21	4.15, 4.16	Сплошной контроль		
		Остаточные напряжения	2.24	4.14	Заготовки, имеющие отношение длины к диаметру более 20: одна заготовка от партии-садки или каждая заготовка при индивидуальной термической обработке		
		Механические свойства	2.29, 2.30, 2.31	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7	Сплошной контроль		
		Склонность к МКК	2.31	4.9			

**П р и м е ч а н и е.** За партию-садку принимаются заготовки, близкие по габаритам, одной марки стали, прошедшие совместно термическую обработку.

## **С. 12 ГОСТ 8536—79**

3.3. Пробы для проведения испытаний отбирают:

- при длине заготовки более 3 м — с двух концов заготовки;
- при длине заготовки 3 м и меньше — с одного конца, соответствующего прибыльной части слитка.

Для контроля макроструктуры и сегрегации серы отбирается проба (темплет) перпендикулярно продольной оси заготовки.

3.4. Из каждой пробы изготавливаются следующие образцы:

- для определения механических свойств на растяжение — один; на ударную вязкость — два;
- для определения склонности к межкристаллитной коррозии (для коррозионно-стойкой стали) — четыре;

- для определения остаточных напряжений — одна пробы;

- на холодный изгиб — один, со стороны прибыльной части слитка.

3.5. Сдаточными характеристиками механических свойств заготовок являются: предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение и ударная вязкость, а холодный изгиб и ударная вязкость при отрицательных температурах — по требованию органов надзора.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.6. В случае несоответствия заготовки требованиям по макроструктуре, определенной на темплете, допускается провести повторное испытание макроструктуры на теле заготовки.

3.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний на межкристаллитную коррозию допускается проводить повторные испытания по методу, указанному в приложении 5.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов механических испытаний хотя бы по одному из показателей проводятся повторные испытания удвоенного количества образцов, изготовленных из той же пробы, по тому виду испытания, по которому получены неудовлетворительные результаты.

Если повторные испытания одного образца дали неудовлетворительные результаты, заготовку бракуют или подвергают повторной термической обработке.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3.9. Число полных повторных термических обработок при получении неудовлетворительных результатов механических испытаний не должно быть более двух. Количество отпусков не ограничивается. Результаты испытаний после последней термической обработки являются окончательными.

## **4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

4.1. Пробы для химического анализа стали отбирают по ГОСТ 7565. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0 — ГОСТ 22536.12, ГОСТ 27809, ГОСТ 12344 — ГОСТ 12365, ГОСТ 28473.

4.2. Твердость по Бринеллю определяют по ГОСТ 9012.

4.3. Испытания механических свойств проводят на продольных образцах. Допускается проводить механические испытания на тангенциальных образцах.

4.4. Образцы для механических испытаний кованых заготовок вырезают из пробы на расстоянии, равном  $\frac{1}{3}$  радиуса от поверхности сплошной заготовки и  $\frac{1}{2}$  толщины стенки полой заготовки. У заготовок валов, имеющих концевые фланцы, пробы отбирают от специального припуска с торца фланца, обжатого до диаметра, равного диаметру основного сечения вала. Места отбора проб со стороны фигурной «лапы» баллера устанавливаются изготовителем.

4.5. Пробы для механических и технологических испытаний катаных штанг отбирают по ГОСТ 7564.

4.6. Образцы на растяжение (пятикратные диаметром 10 мм) изготавливают и испытывают по ГОСТ 1497.

4.7. Образцы для определения ударной вязкости (типа I) изготавливают и испытывают при комнатной и пониженных температурах по ГОСТ 9454.

4.8. Испытание на холодный изгиб проводят по ГОСТ 14019, угол загиба — 180° (до параллельности сторон).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4.9. Испытание на склонность к межкристаллитной коррозии стали марки 09Х17Н7Ю проводят по ГОСТ 6032 по методу АМУ; стали марки 14Х17Н2 — по методу АМУ без провоцирующего нагрева по ГОСТ 6032.

Образцы для испытания на склонность к межкристаллитной коррозии отбирают от термически обработанных заготовок в тех же местах, что и образцы для механических испытаний, и изготавливают по ГОСТ 14019.

4.10. Качество поверхности заготовок проверяют визуально без применения увеличительных приборов. При необходимости проводят светление или травление поверхности, а также применяют магнитный метод и метод проникающей жидкости. Качество поверхности внутренних отверстий проверяют перископическим осмотром.

4.11. Шероховатость обработанных поверхностей заготовок проверяют визуально без применения увеличительных приборов, сличением с образцами эталонов в зависимости от формы проверяемой поверхности.

4.12. Размеры заготовок проверяют измерительными инструментами, обеспечивающими необходимую точность измерения.

4.13. Изогнутость оси заготовки проверяют индикаторами при медленном вращении заготовки, оптическими или ультразвуковым приборами или механическим устройством изготовителя.

4.14. Остаточные напряжения определяются по методике изготовителя, согласованной с органами надзора.

4.15. Контроль макроструктуры проводят по ГОСТ 10243 методом травления.

Отпечатки серной пробы снимают с этих же темплетов. Травлению подвергают сторону, обращенную к изделию.

4.16. Макроструктуру горячекатанных прутков контролируют по ГОСТ 10243.

4.17. Ультразвуковой контроль проводится по ГОСТ 24507 по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка и оформление документации должны соответствовать ГОСТ 7566.

5.2. Маркировка должна наноситься клеймением на фланцах, торцах или наружной поверхности конца заготовки со стороны донной части слитка.

5.3. Каждая заготовка должна иметь следующую маркировку:

- клеймо технического контроля;
- номер чертежа детали;
- марку стали;
- номер плавки;
- номер слитка;
- номер поковки или номер партии штанг;
- клеймо Регистра СССР (при изготовлении заготовок под надзором инспекции Регистра СССР).

5.4. Каждая заготовка должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие качества заготовок требованиям настоящего стандарта.

В документе указывают:

- товарный знак изготовителя;
- марку стали;
- номер плавки и химический состав;
- размеры заготовки;
- фактический режим термической обработки, включая данные по повторным термическим обработкам;
- результаты всех испытаний, предусмотренных настоящим стандартом, а также результаты переиспытаний; остаточные напряжения указывают со знаком напряжения;
- серные отпечатки по Бауману, в баллах;
- изогнутость оси, несовпадение осей отверстий и эксцентриситет;

## **С. 14 ГОСТ 8536—79**

- размеры обработанного отверстия, параметры шероховатости отверстия;
- массу заготовки;
- номер настоящего стандарта.

**П р и м е ч а н и е.** Размеры обработанного отверстия для валов ВРШ указывают через каждые 200 мм длины.

### **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.5. В заготовках, поставляемых потребителю или предназначенных для хранения, окончательно обработанные поверхности должны быть законсервированы в соответствии с действующими нормативными документами; окончательно обработанные отверстия должны быть заглушены с торцов.

5.6. Упаковка заготовок должна предохранять их от механических повреждений при транспортировании и осуществляться в соответствии с нормативно-технической документацией.

5.7. Заготовки транспортируют любым видом транспорта с соблюдением соответствующих мер, предохраняющих заготовки от прогиба и повреждения защитных покрытий.

5.8. Заготовки должны храниться в закрытых складских помещениях на стеллажах, предохраняющих их от прогиба. Допускается хранение заготовок под навесом или на эстакадах.

При длительном хранении заготовок необходимо проверять их через промежутки времени, указанные в нормативной документации. При обнаружении коррозии она должна быть удалена, а заготовка снова законсервирована.

5.9. При транспортировании заготовок должны быть приняты меры, исключающие возможность намагничивания заготовок.

ПРИЛОЖЕНИЕ I  
Рекомендуемое

## Рекомендуемые марки стали для заготовок

Диаметр заготовок сплошного сечения, мм	Толщина стенки полого сечения, мм	Категория прочности							
		KM20	KM22	KM25	KM28	KM32	KT36	KT40	KT50
		Марка стали							
До 100	До 80	20 25	20 25	20 25 30	30 35 40	35 40 45	45 40Х 40ХН	45 40Х 40ХН	38ХМ 40ХН
Св. 100 до 200	Св. 80 до 160	20 25 30	20 25 30	25 30	35 40	40 45	40Х 38ХМ 40ХН	38ХМ 40ХН	38ХМ 40ХН
Св. 200 до 300	Св. 160 до 210	20 25 30	20 25 30	25 30	35 40	45	38ХМ 40ХН	38ХМ 40ХН	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА
Св. 300 до 500	Св. 210 до 280	25 30 35	25 30 35	25 30	40 45	45	38ХМ 40ХН	38ХМ 40ХН	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА
Св. 500 до 700	Св. 280 до 350	25 30 35	25 30 35	25 30			38ХМ 40ХН	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА
Св. 700 до 900	—	25 30 35	25 30 35	25 30	—	—	—	—	—

Продолжение


Диаметр заготовок сплошного сечения, мм	Толщина стенки полого сечения, мм	Категория прочности				
		KT60	KT70	KT80	KT90	KT100
		Марка стали				
До 100	До 80	38ХМ 40ХН	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	38ХН3МФА	38ХН3МФА
Св. 100 до 200	Св. 80 до 160	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38ХН3МФА	38ХН3МФА	—
Св. 200 до 300	Св. 160 до 210	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	38ХН3МФА	—	—
Св. 300 до 500	Св. 210 до 280	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 40ХН2МА	36Х2Н2МФА 38ХН3МФА	38ХН3МФА	—	—
Св. 500 до 700	Св. 280 до 350	36Х2Н2МФА 38Х2Н2МА 38ХН3МФА	36Х2Н2МФА 38ХН3МФА	38ХН3МФА	—	—
Св. 700 до 900	—	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е. Сталь марки 35 для гребных валов с категорией прочности KM20, KM22 и KM25 применять при новом проектировании не рекомендуется.


ШКАЛА

серных отпечатков поковок из слитков массой до 25000 кг  
(баллы 1—4)

Балл 1

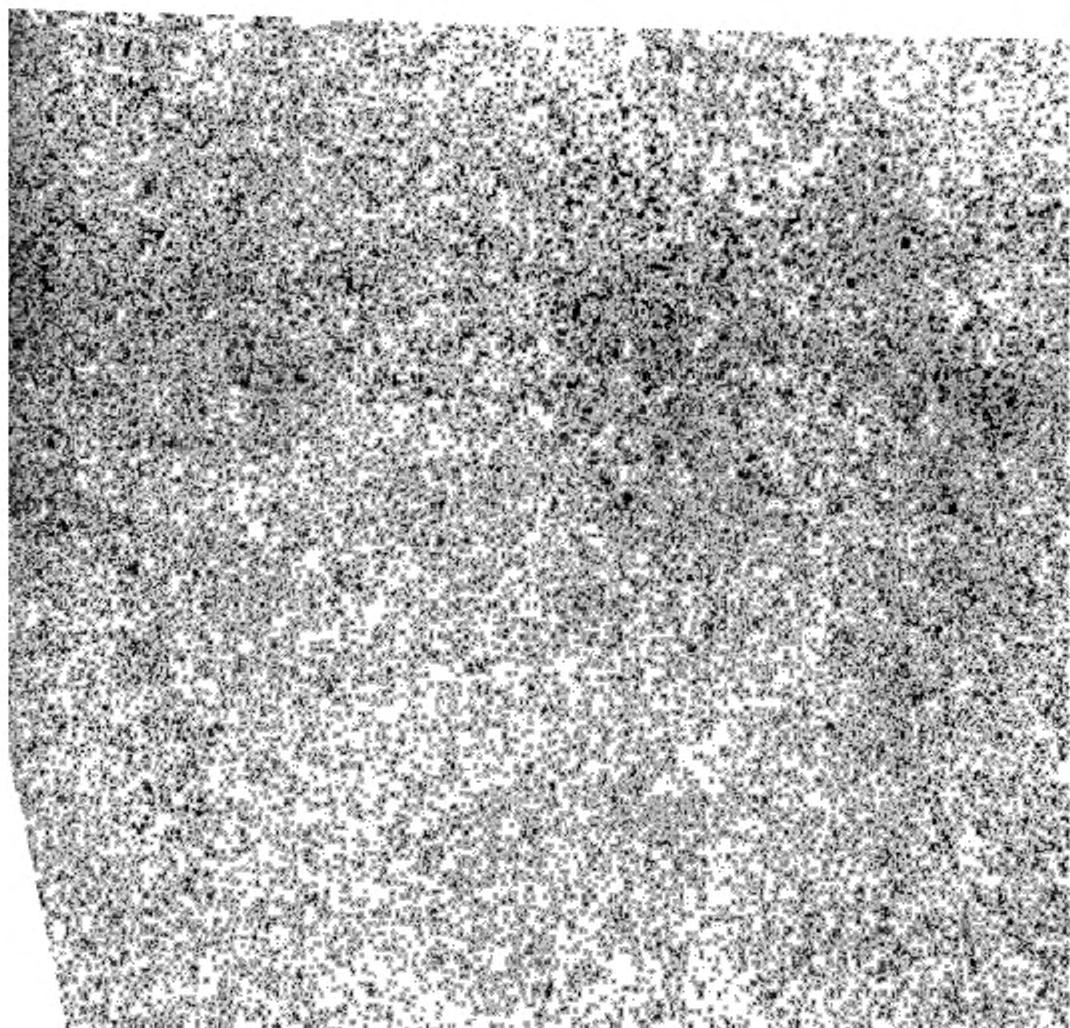


Балл 2

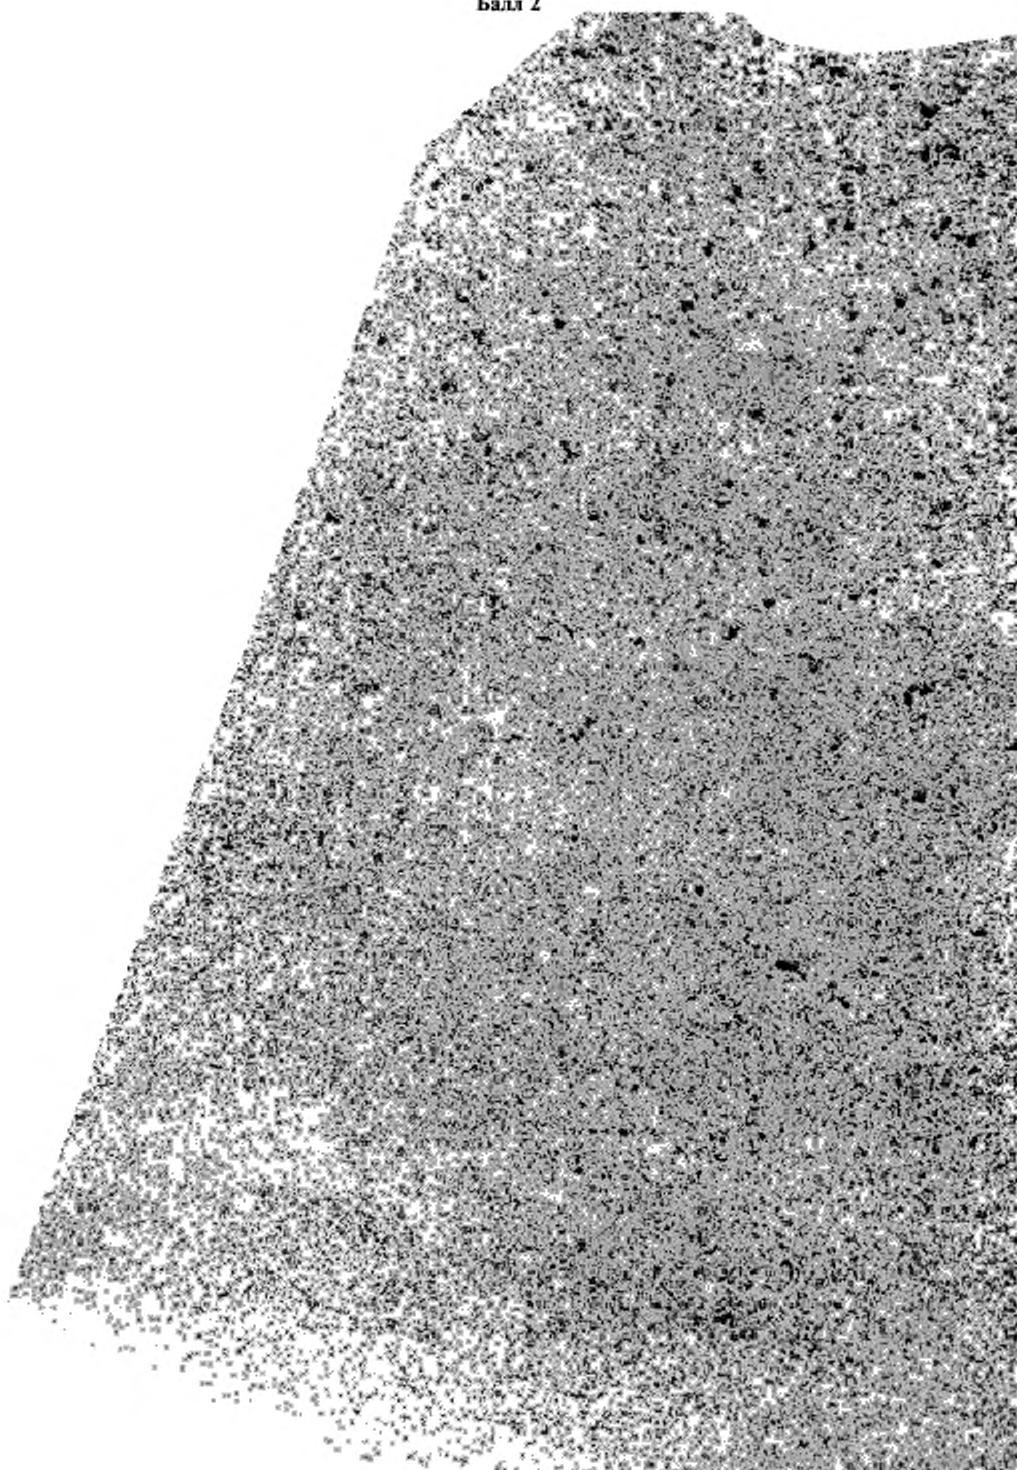


**С. 18 ГОСТ 8536-79**

**Балл 3**

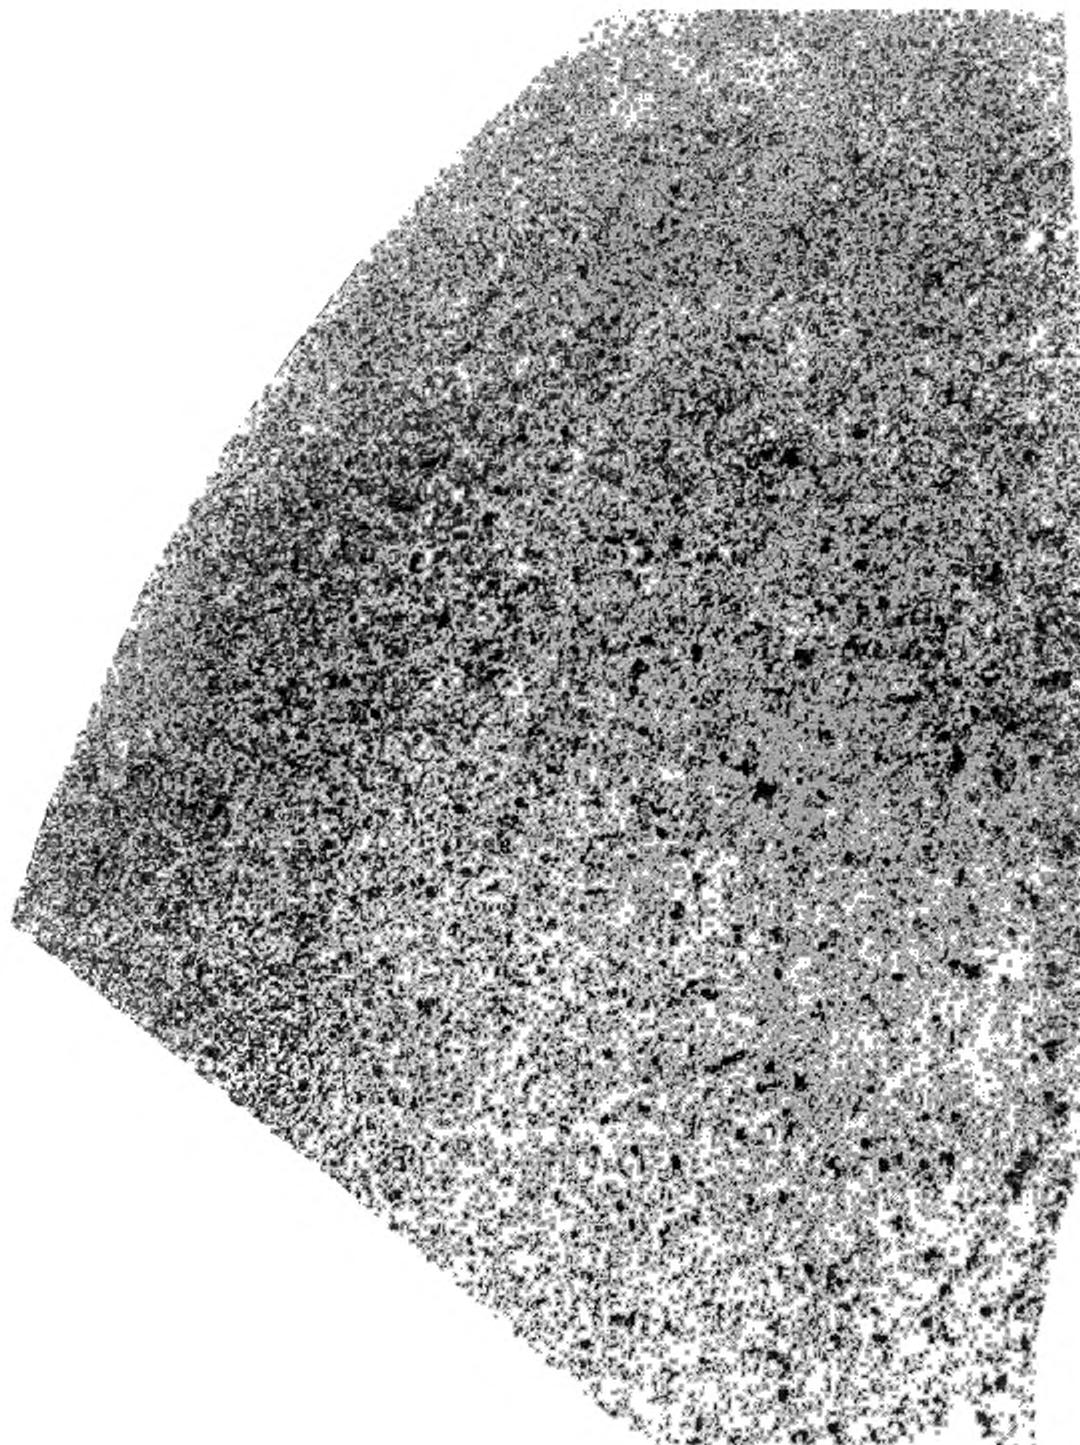


Балл 4

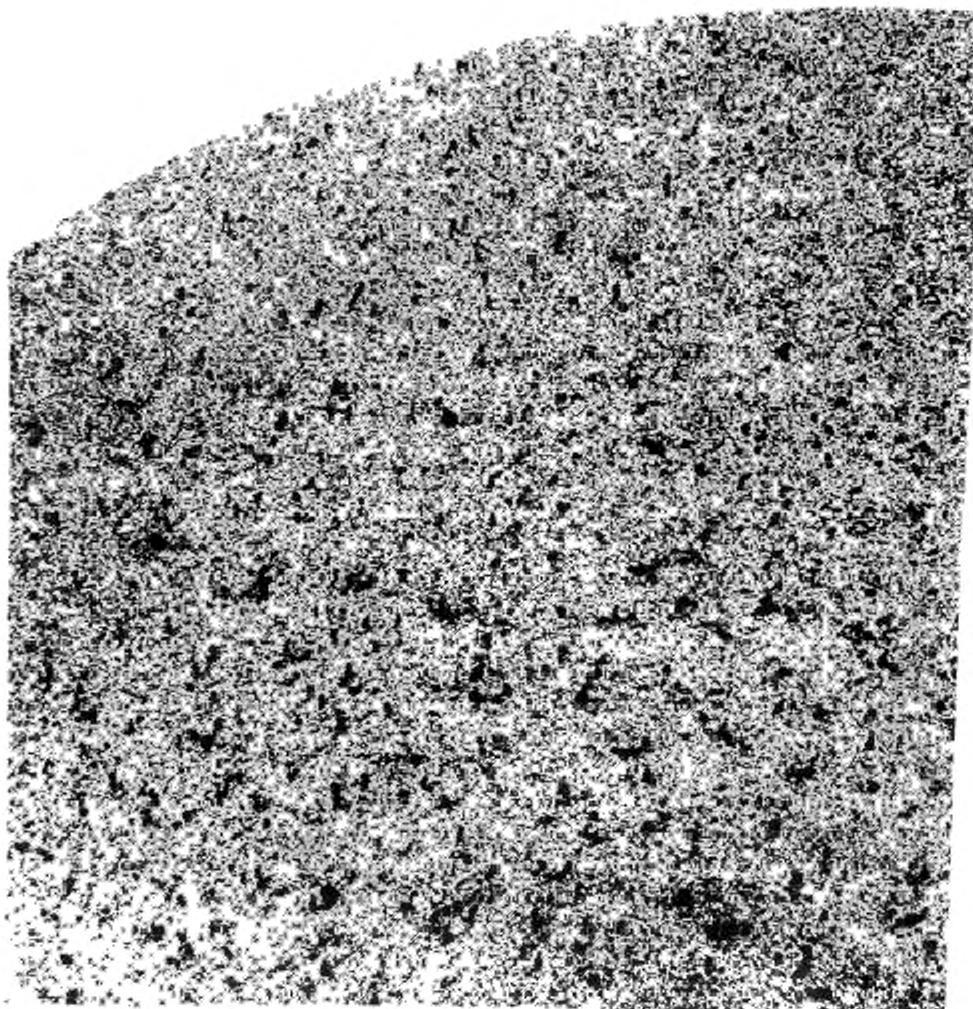


Ш К А Л А

серных отпечатков поковок из слитков массой выше 25000 до 50000 кг  
(баллы 1—4)

Балл 1

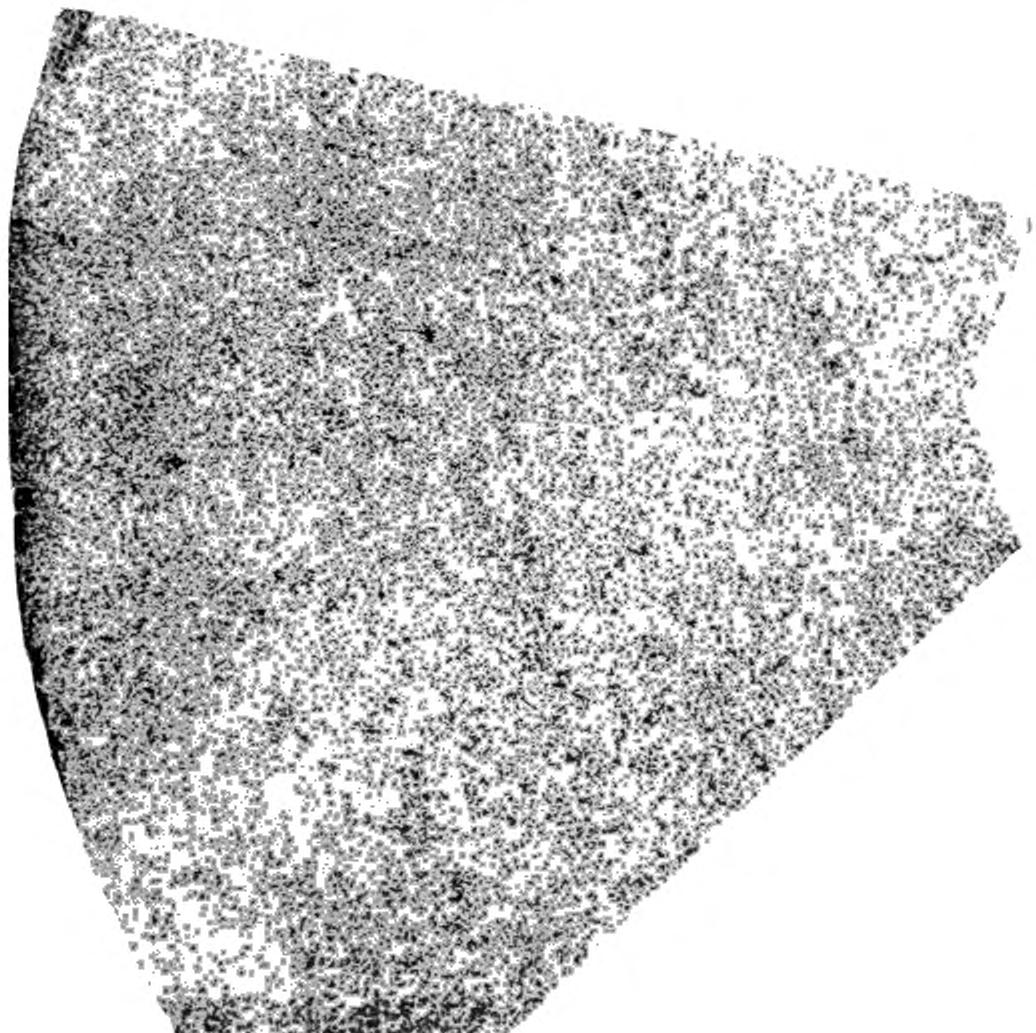


Балл 2

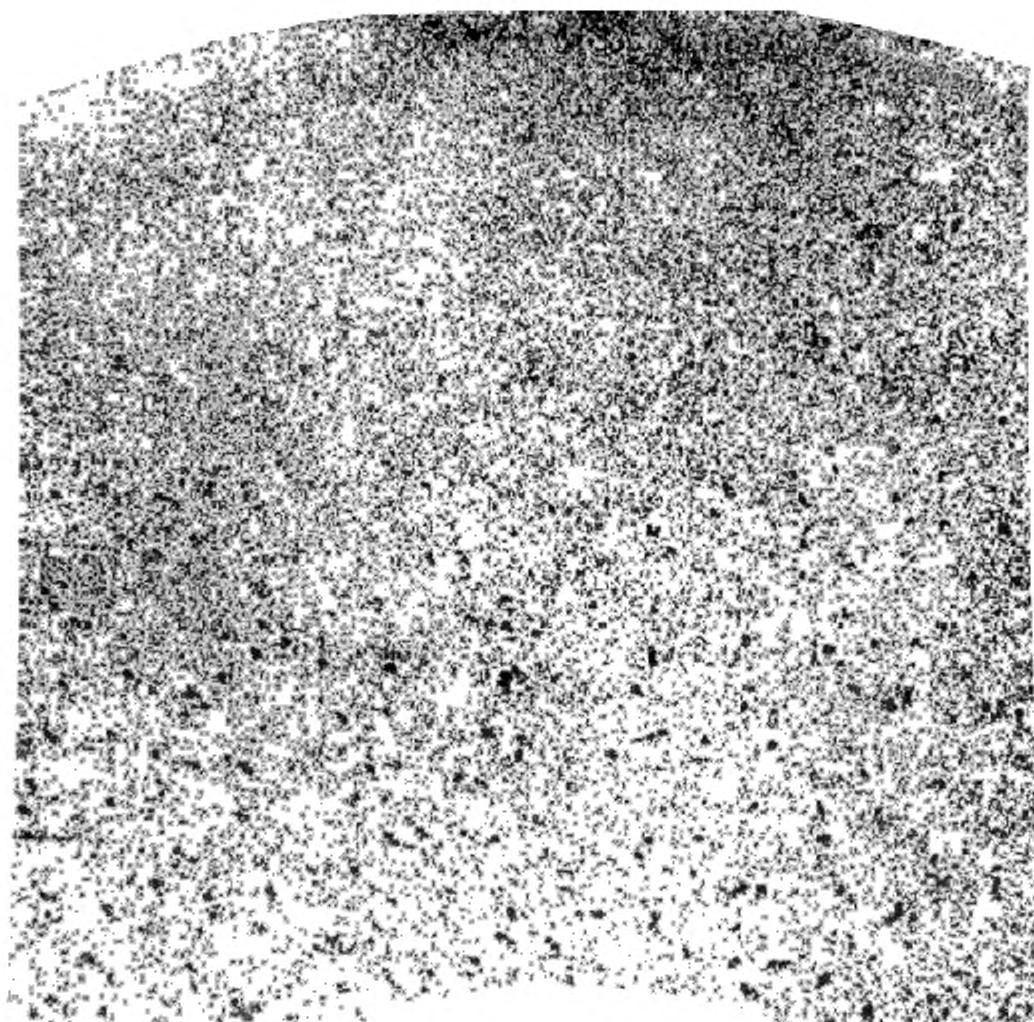


С. 22 ГОСТ 8536-79

Балл 3

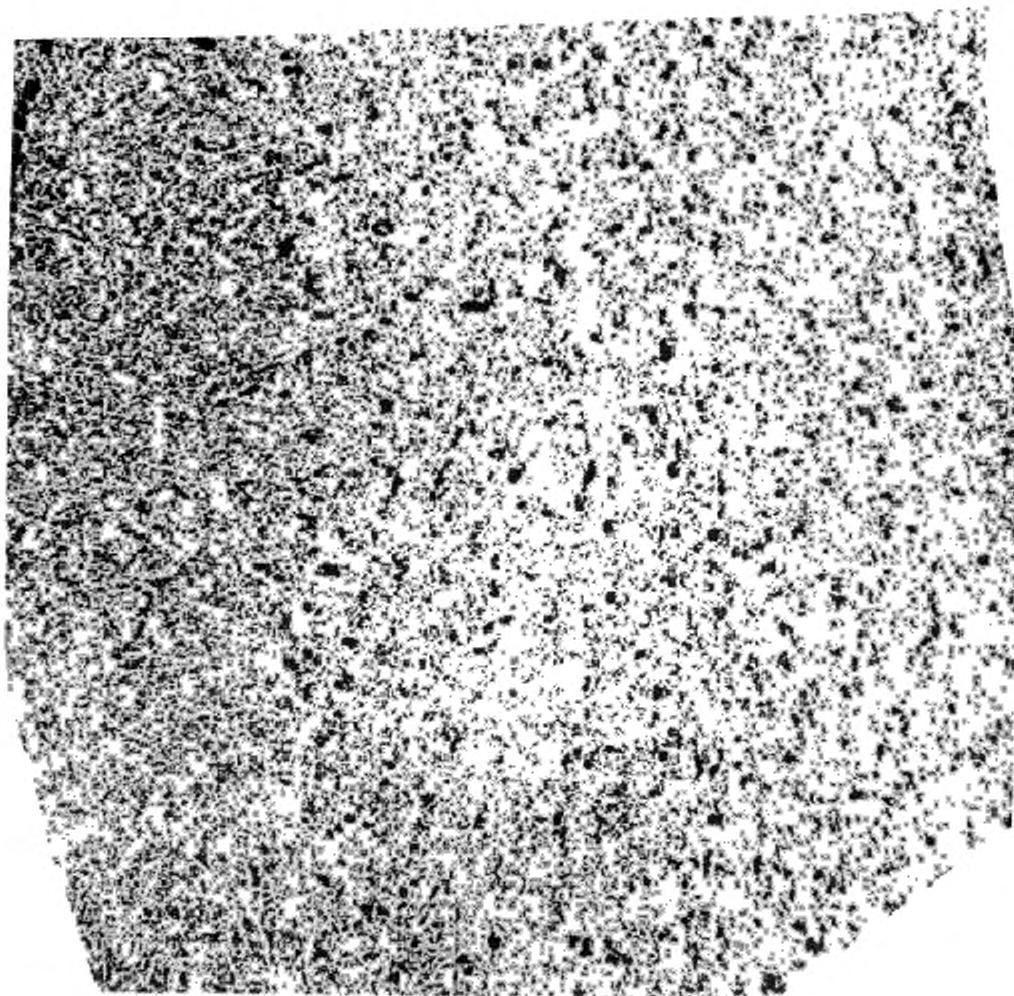


Балл 4

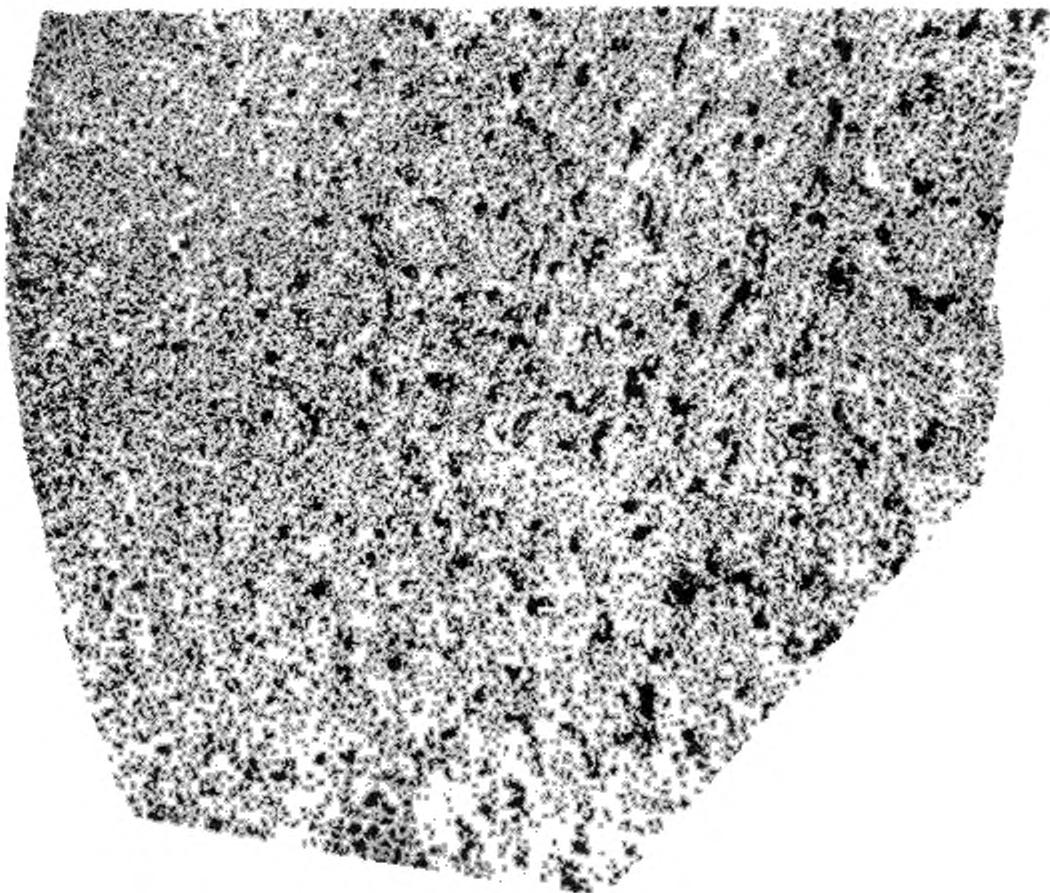


Ш К А Л А

серных отпечатков поковок из слитков массой выше 5000 до 145000 кг  
(баллы 1—4)

Балл 1

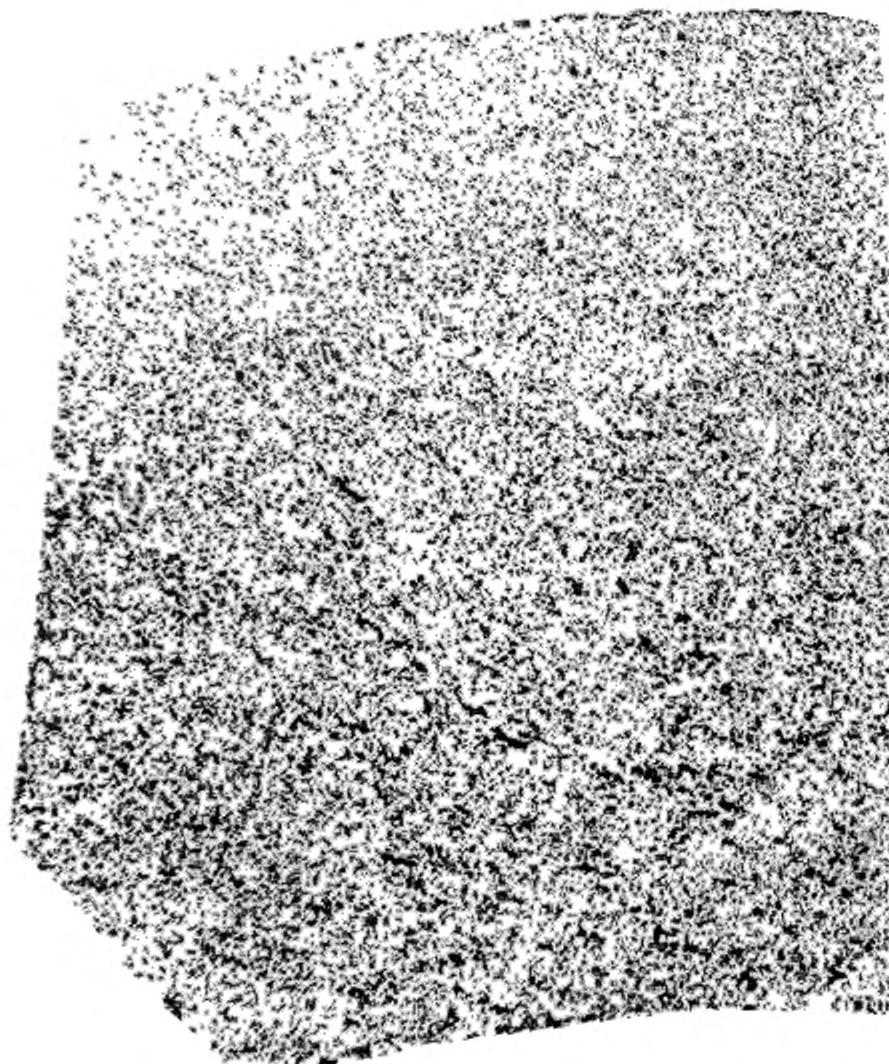


Балл 2

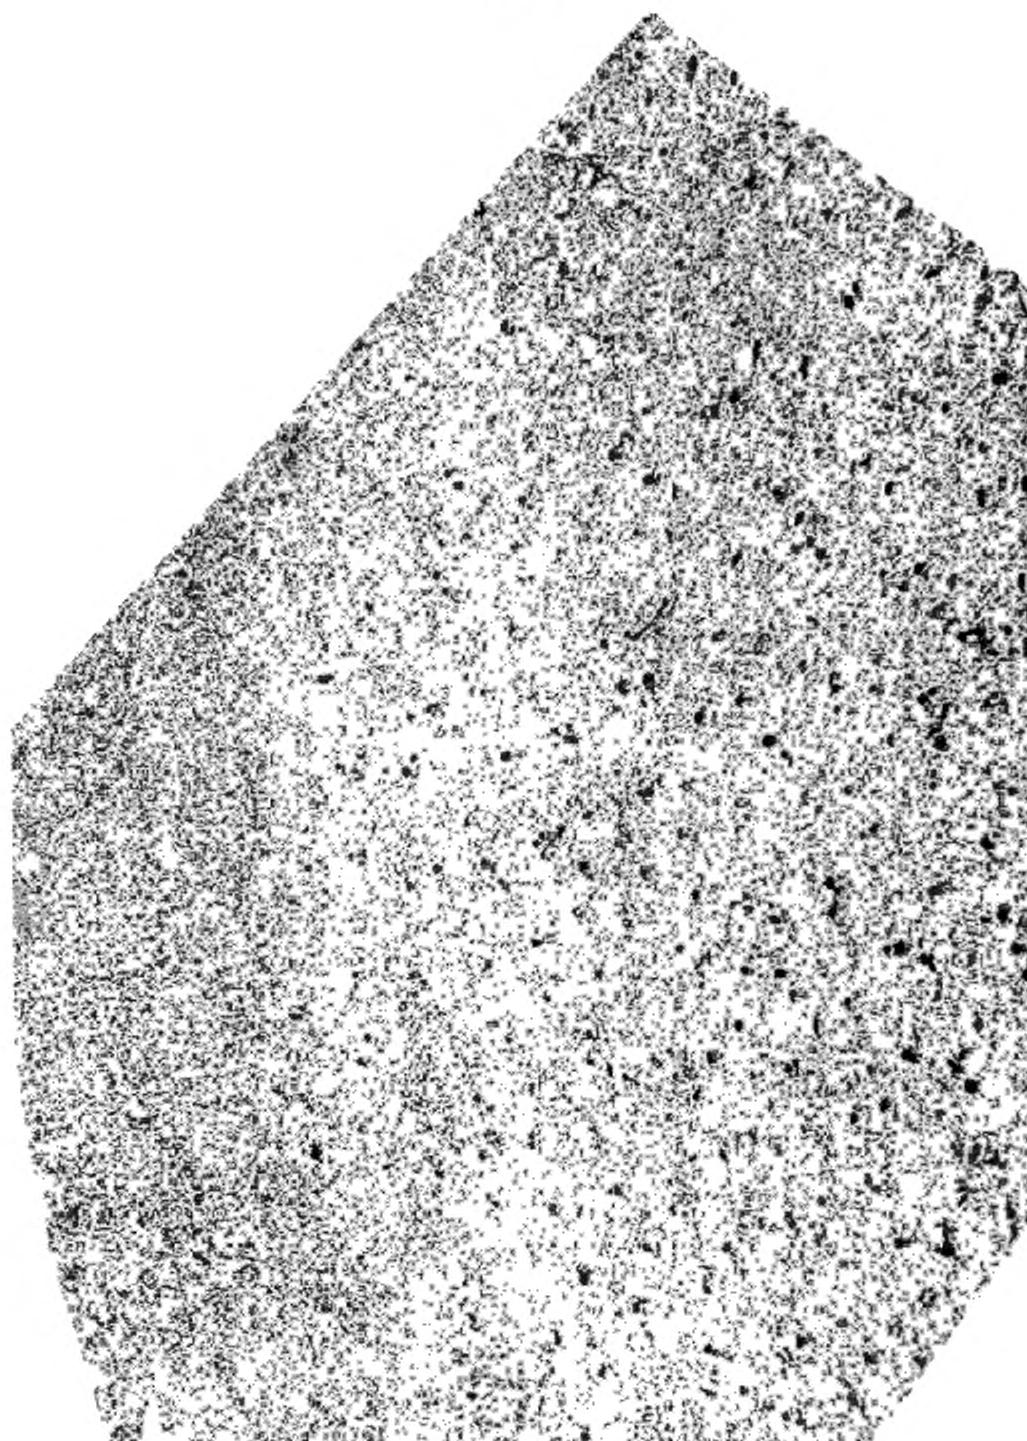


С. 26 ГОСТ 8536-79

Балл 3

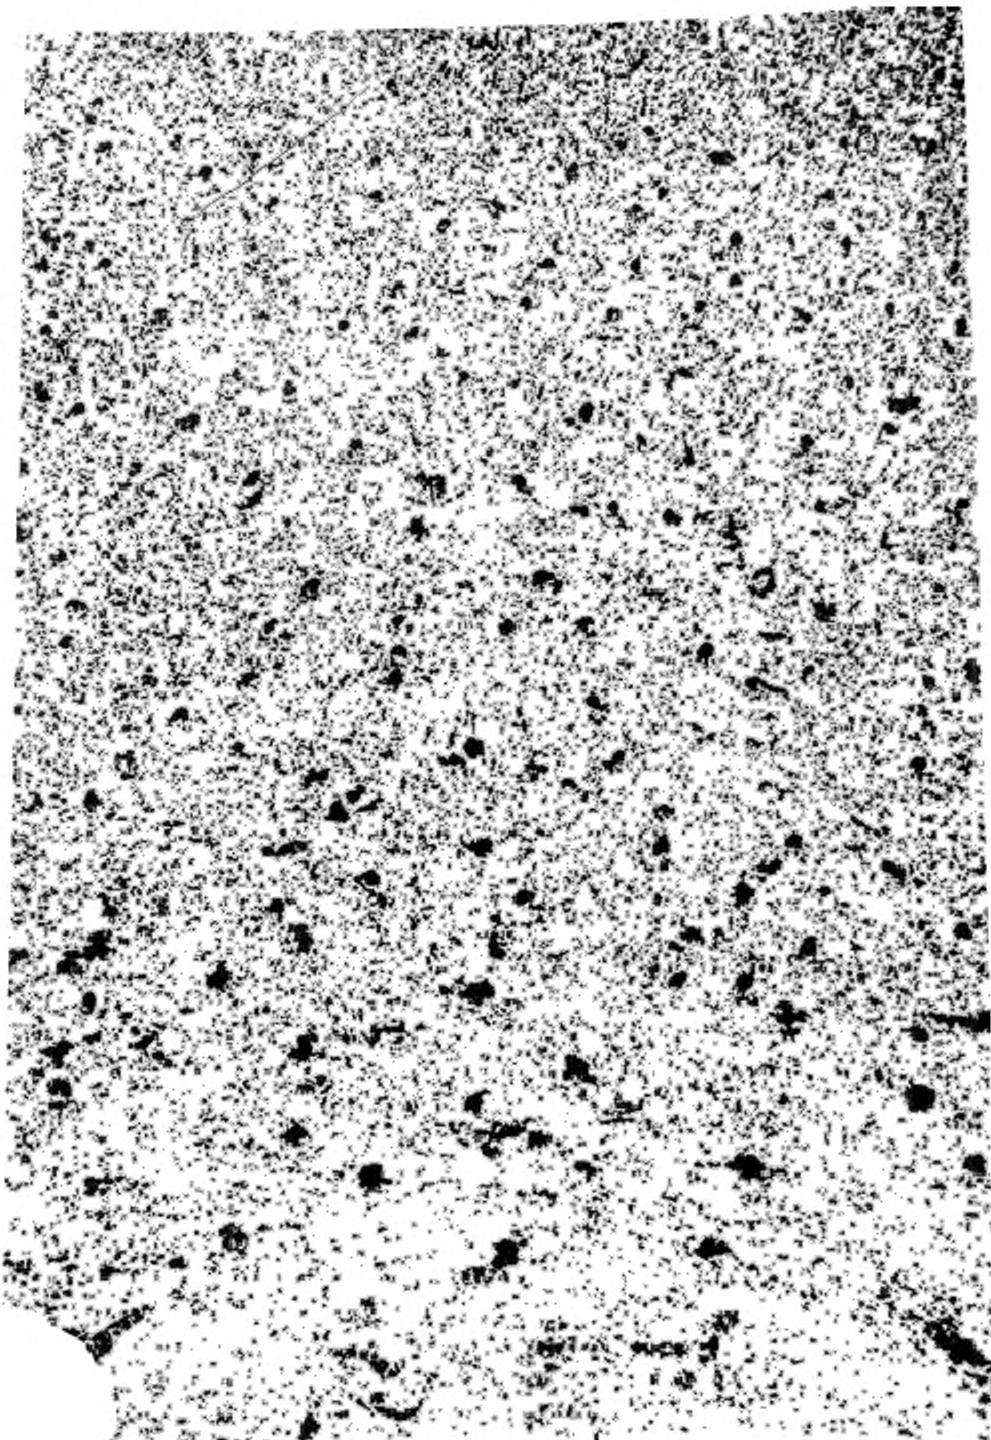

Балл 4

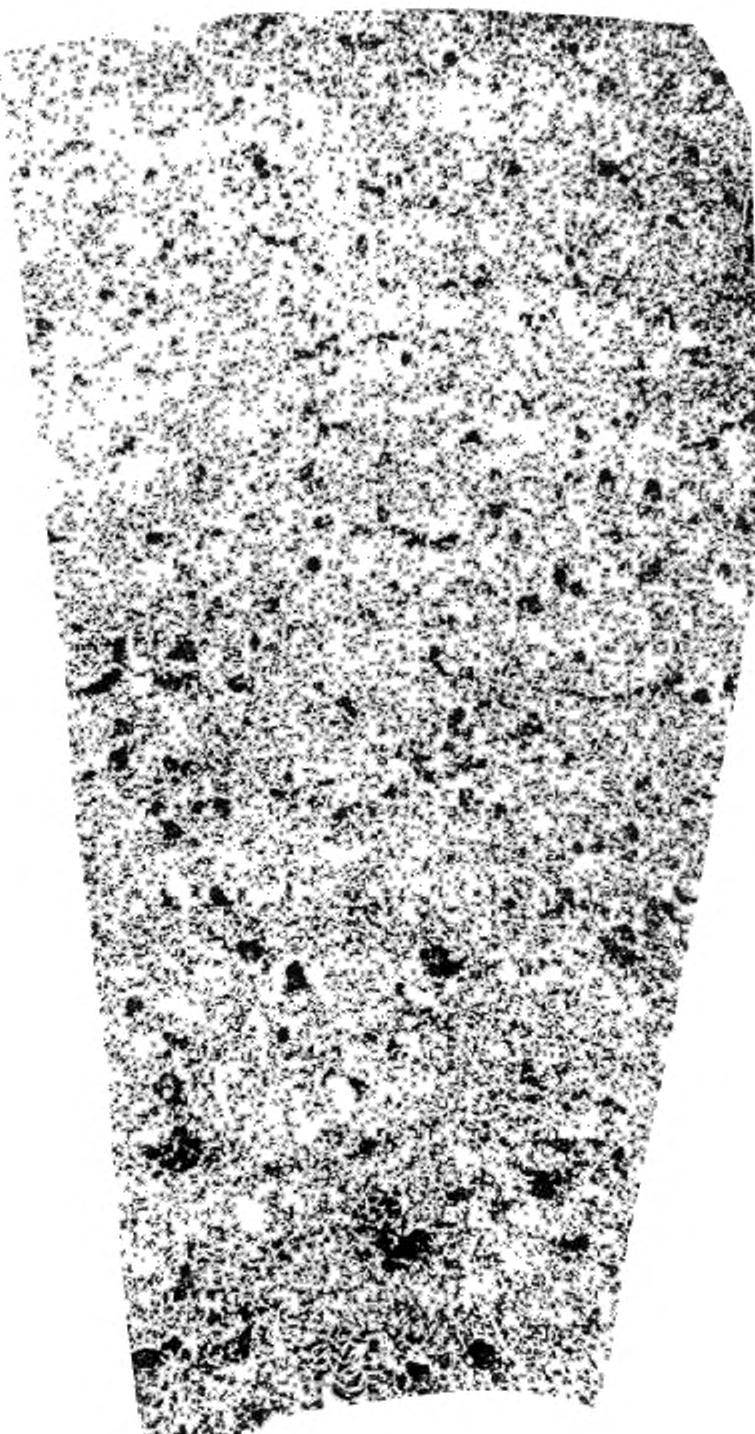

**МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА МЕЖКРИСТАЛЛИТНУЮ КОРРОЗИЮ**

Раствор для испытания должен содержать 110 г сернокислой меди по ГОСТ 4165, 55 см<sup>3</sup> серной кислоты плотностью 1,835 г/см<sup>3</sup> по ГОСТ 4204 и 1000 см<sup>3</sup> воды.

Испытания проводят в колбе с обратным холодильником. На дно колбы кладут бусы, разрезанные стеклянные трубочки, палочки или стеклянную вату, затем загружают образцы. Разрешается укладывать образцы в несколько рядов. Между каждым рядом образцов кладут бусы, стеклянные трубочки, палочки или стеклянную вату.

Колбу заполняют так, чтобы образцы полностью были покрыты раствором и не соприкасались между собой. Кипячение проводят непрерывно и не допускают нагрева холодильника. В случае вынужденного перерыва испытания образцы из реакционного сосуда не вынимают.

При изменении цвета раствора его заменяют свежим. Продолжительность испытания подсчитывают как суммарное количество часов кипячения.

Количество помещаемых в колбу образцов определяют, исходя из расчета не менее 3 см<sup>3</sup> раствора на 1 см<sup>2</sup> поверхности образца.

Продолжительность кипячения образцов — 24 ч. После кипячения образцы промывают и просушивают, затем подвергают загибу на угол 90°.

Остальные условия испытания — по ГОСТ 6032.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.79 № 760**

**2. ВЗАМЕН ГОСТ 8536—68**

**3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 1050—88	2.2, 2.7, 2, 45	ГОСТ 12355—78	4.1
ГОСТ 1497—84	4.6	ГОСТ 12356—81	4.1
ГОСТ 2789—73	2.37, 2.38	ГОСТ 12357—84	4.1
ГОСТ 4165—78	Приложение 5	ГОСТ 12358—2002	4.1
ГОСТ 4204—77	Приложение 5	ГОСТ 12359—99	4.1
ГОСТ 4543—71	2.2, 2.7	ГОСТ 12360—82	4.1
ГОСТ 5632—72	2.2	ГОСТ 12361—2002	4.1
ГОСТ 5949—75	2.13, 2.16, 2.21	ГОСТ 12362—79	4.1
ГОСТ 6032—89	4.9, приложение 5	ГОСТ 12363—79	4.1
ГОСТ 7062—90	2.10	ГОСТ 12364—84	4.1
ГОСТ 7417—75	2.7	ГОСТ 12365—84	4.1
ГОСТ 7505—74	2.10	ГОСТ 14019—80	4.8, 4.9
ГОСТ 7564—97	4.5	ГОСТ 22536.0—87	4.1
ГОСТ 7565—81	4.1	ГОСТ 22536.1—88	4.1
ГОСТ 7566—94	5.1	ГОСТ 22536.2—87	4.1
ГОСТ 7829—70	2.10	ГОСТ 22536.3—88	4.1
ГОСТ 8479—70	2.46	ГОСТ 22536.4—88	4.1
ГОСТ 9012—59	4.2	ГОСТ 22536.5—87	4.1
ГОСТ 9454—78	4.7	ГОСТ 22536.6—88	4.1
ГОСТ 10243—75	4.15, 4.16	ГОСТ 22536.7—88	4.1
ГОСТ 12344—78	4.1	ГОСТ 22536.8—87	4.1
ГОСТ 12345—2001	4.1	ГОСТ 22536.9—88	4.1
ГОСТ 12346—78	4.1	ГОСТ 22536.10—88	4.1
ГОСТ 12347—77	4.1	ГОСТ 22536.11—87	4.1
ГОСТ 12348—78	4.1	ГОСТ 22536.12—88	4.1
ГОСТ 12349—83	4.1	ГОСТ 24507—80	4.17
ГОСТ 12350—78	4.1	ГОСТ 25346—89	2.39
ГОСТ 12351—81	4.1	ГОСТ 25347—82	2.39
ГОСТ 12352—81	4.1	ГОСТ 27809—95	4.1
ГОСТ 12353—78	4.1	ГОСТ 28473—90	4.1
ГОСТ 12354—81	4.1		

**4. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

**5. ИЗДАНИЕ (январь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1985 г., декабре 1988 г. (ИУС 10—85, 3—89)**

*Редактор В. Н. Конисов  
Технический редактор О. Н. Власова  
Корректор Н. И. Гавришук  
Компьютерная верстка Т. Ф. Кузнецовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 13.01.2004. Подписано в печать 25.02.2004. Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,20.  
Тираж 152 экз. С 936. Зак. 152

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138

**Поправка к ГОСТ 8536—79 Заготовки судовых валов и баллеров рулей.  
Технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.14, третий абзац	сопряжения тела вала с корпусом	сопряжения тела вала с конусом

(ИУС № 3 2013 г.)