

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
71723—
2024

Система технологической подготовки производства
**ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ
ЧИСТОВОЙ ВЫРУБКОЙ**
Требования к технологичности

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр» (ФГУП «ВНИИ «Центр»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 488 «Технологическая подготовка производства»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2024 г. № 1688-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Основные положения	2
5 Требования к материалам	5
6 Конструктивно-технологические параметры детали и ее элементов	5
7 Требования к точности изготовления деталей	10
Приложение А (рекомендуемое) Примеры установления шероховатости элементов конструкции детали	12
Приложение Б (рекомендуемое) Перечень и механические свойства материалов, применяемых при чистовой вырубке	14
Приложение В (рекомендуемое) Пределы применяемости (по толщине) листовой стали при чистовой вырубке	15
Приложение Г (рекомендуемое) Характер и значения допускаемых дефектов поверхности среза деталей, изготавляемых чистовой вырубкой	16
Библиография	17

Введение

Стандарт разработан на основе отраслевого стандарта ОСТ 3-14.214-84 «Отраслевая система технологической подготовки производства. Детали, изготавляемые чистовой вырубкой. Требования к технологичности конструкции».

Система технологической подготовки производства

ДЕТАЛИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ЧИСТОВОЙ ВЫРУБКОЙ

Требования к технологичности

System of technological preparation of production. Parts manufactured by finishing felling.
Manufacturability requirements

Дата введения — 2025—02—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к технологичности конструкции деталей и конструкторско-технологическим параметрам их элементов, применяемых в приборостроении и точном машиностроении.

Настоящий стандарт распространяется на детали, изготовленные чистовой вырубкой из листового проката черных и цветных металлов и сплавов толщиной от 0,5 до 16,0 мм, с шероховатостью боковой поверхности (по всей толщине) $Ra = 1,25—0,32 \text{ мкм}$ для цветных металлов и $Ra = 2,5—1,25 \text{ мкм}$ для стальных изделий и точностью размеров — 6—11 квалитетов по ГОСТ 25347.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 14.201 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования

ГОСТ 14.205 Технологичность конструкции изделий. Термины и определения

ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 1173 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия

ГОСТ 1789 Полосы и ленты из бериллиевой бронзы. Технические условия

ГОСТ 2208 Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия

ГОСТ 2283 Лента холоднокатаная из инструментальной и пружинной стали. Технические условия

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия

ГОСТ 5582 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия

ГОСТ 16523 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 21631 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 24643 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения

ГОСТ 25347 (ISO 286-2:2010) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов

ГОСТ Р 71361 Система технологической подготовки производства. Организация работ по обработке на технологичность конструкции изделия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14.205, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1

деталь: Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.

[ГОСТ Р 2.005—2023, статья 4]

3.2

вырубка: Полное отделение заготовки или изделия от исходной заготовки по замкнутому контуру путем сдвига.

[ГОСТ 18970—84, статья 10]

3.3 **чистовая вырубка:** Вырубка в условиях всестороннего неравномерного сжатия в зоне разделения металла.

3.4

пробивка: Образование в заготовке отверстия или паза путем сдвига с удалением части металла в отход.

[ГОСТ 18970—84, статья 13]

3.5 **чистовая пробивка:** Пробивка в условиях всестороннего неравномерного сжатия в зоне разделения металла.

3.6

обрезка: Удаление излишков металла путем сдвига.

[ГОСТ 18970—84, статья 14]

3.7

зачистка: Удаление технологических припусков помостью штампа с образованием стружки для повышения точности размеров и уменьшения шероховатости поверхности штампованной заготовки.

[ГОСТ 18970—84, статья 15]

П р и м е ч а н и е — В данной терминологической статье не приведены рисунки, описывающие операцию зачистки поверхности штампованной заготовки.

4 Основные положения

4.1 Чистовую вырубку следует применять для изготовления деталей, к шероховатости поверхности среза и точности размеров которых предъявляются повышенные требования, например, кулачки, рычаги, зубчатые колеса. Требования к шероховатости поверхности устанавливают в соответствии с ГОСТ 2789. Конструктивно-технологические параметры деталей, изготавляемых чистовой вырубкой, приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

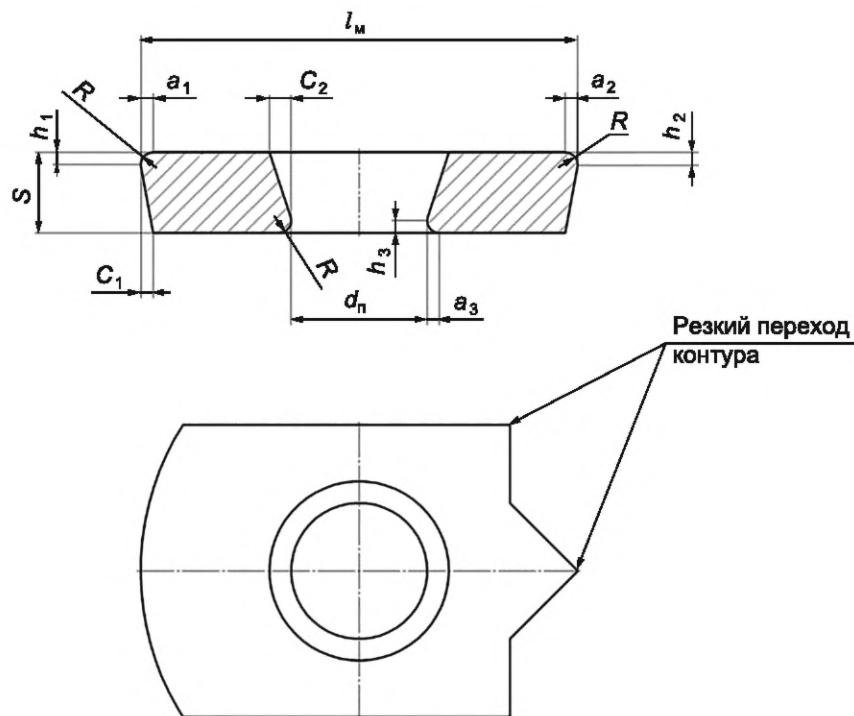


Рисунок 1 — Конструктивно-технологические параметры деталей, изготавляемых чистовой вырубкой

Таблица 1 — Конструктивно-технологические параметры деталей, изготавляемых чистовой вырубкой

Наименование параметра	Обозначение	Значение
Шероховатость поверхности среза детали, мкм	R_a	2,50—0,32
Предельные отклонения размеров, квалитет:		
наружный контур	—	7—10
внутренний контур (отверстие)	—	6—11
расстояние между отверстиями	—	7—9
Размеры контура детали:		По размерам:
наружного	l_m	матрицы
внутреннего	d_n	пуансона
Допуск перпендикулярности (скос):		
по наружному контуру	C_1	(0,001—0,004) S
по внутреннему контуру	C_2	(0,001—0,002) S
Скругленная кромка (утяжка):		
профиль кромки	—	Не нормируется
наружный контур:		
прямолинейный и плавный	$h_1; a_1$	(0,03—0,20) S
резкий переход контура	$h_2; a_2$	(0,1—0,3) S
внутренний контур	$h_3; a_3$	(0,03—0,15) S
Радиус закругления наружного контура, мм	R	См. таблицу 4

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Обозначение	Значение
Допуск плоскостности (изгиб)	Степень точности по ГОСТ 24643	6—11 (0,01—0,08 мм на 100 мм длины)
Заусенцы	—	Не нормируются

4.2 Классификация деталей, изготавляемых чистовой вырубкой, по группам технологической сложности конструкции приведена в таблице 2

Таблица 2 — Классификация деталей, изготавляемых чистовой вырубкой

Наименование показателя	Значение (характеристика) показателя		
	Группа технологической сложности конструкции детали		
	1	2	3
Штампуемость	Хорошая	Средняя	Трудная
Шероховатость поверхности среза R_a , мкм	От 1,25 до 0,32	От 2,5 до 1,25	От 3,2 до 2,5
Предельные отклонения размеров, квалитет	7; 8	7—9	7—11
Относительная стойкость штампа: n — количество деталей, отштампованных между перешлифовками	1,0 n	(0,6—0,8) n	(0,3—0,6) n
Толщина материала S , мм	0,5—4,0	0,5—10,0	0,5—16,0
Форма детали	Простая. Контур — плавный, с большими радиусами закругления, широкими перемычками, выступами, отверстиями	Средней сложности. Контур — с плавными переходами, углами, закруглениями, пазами, выступами, перемычками, отверстиями	Сложная. Контур — с резкими переходами, элементами зубчатых зацеплений, острыми углами, отверстиями малого диаметра, узкими и длинными пазами, выступами, перемычками, впадинами
Марка и пластичность материала	Высокопластичные, типа сталей марок 08, 10; латуни — Л63М; меди — М1, М2 и М3; алюминиевых сплавов — АД1М, АМцМ	Пластичные, типа сталей марок 20, 30, 12Х18Н10Т; латуни — Л63Т; алюминиевых сплавов — АМг2, АМг6	Малопластичные и труднодеформируемые, типа сталей марок 45, У8А, 65Г, 60С2А; алюминиевых сплавов Д16, В95; бериллиевой бронзы — БрБ2
Временное сопротивление материала σ_b , МПа:			
сталь	До 350	350—500	Св. 500
меди	До 250	Св. 250	—
латунь Л63	До 350	350—500	—
алюминиевые сплавы	До 150	150—300	250—300
Наименование типовых деталей	Кольцо, шайба, рычаг, шпонка, планка, рукоятка, кулачок, крышка	Кулачок, защелка, за-слонка, колесо, упор, шатун	Зубчатое колесо, рейка, сегмент, сектор, гребенка, звездочка, пружинное кольцо

П р и м е ч а н и е — Группу технологической сложности конструкции детали следует устанавливать по наиболее трудному для чистовой вырубки значению показателя одного из приведенных признаков, независимо от значения других признаков.

Значения параметров 3-й группы сложности следует устанавливать только для тех элементов конструкции детали или участков этих элементов, когда применение менее жесткого числового значения параметра может ухудшить качество изделия.

4.3 Примеры дифференцированного установления параметров шероховатости элементов конструкции детали приведены таблице А.1.

4.4 Отработка конструкции изделий и деталей на технологичность и выбор показателей технологичности по ГОСТ 14.201 и ГОСТ Р 71361.

4.5 Технологический процесс чистовой вырубки целесообразен в условиях серийного, крупносерийного и массового производств, при необходимости применим в мелкосерийном производстве с использованием универсально-сборных переналаживаемых штампов.

5 Требования к материалам

5.1 Чистовой вырубкой обрабатываются черные и цветные металлы и сплавы в мягком и полутвердом состоянии, имеющие однородную мелкозернистую структуру.

Перечень и механические свойства материалов, применяемых при чистовой вырубке, приведены в таблице Б.1.

5.2 Для чистовой вырубки следует применять листовые углеродистые и легированные стали с времененным сопротивлением до 600 МПа по ГОСТ 16523, алюминиевые сплавы — до 300 МПа по ГОСТ 21631, латуни — с содержанием меди не менее 63 % по ГОСТ 2208, бронзы — с содержанием меди не менее 92 % по ГОСТ 1789.

5.3 Пределы применяемости (по толщине) листовой стали при чистовой вырубке ограничены прочностью материала и приведены в таблице 3 и в приложении В.


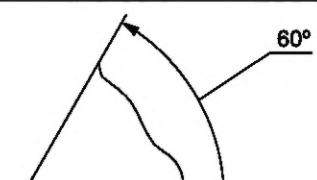
Таблица 3 — Пределы применяемости по временному сопротивлению и толщине листовой стали

Временное сопротивление разрыву σ_b , МПа	До 350	Св. 350 до 400	Св. 400 до 600	Св. 600
Толщина материала S , мм	Св. 0,5 до 16,0	Св. 0,5 до 8,0	Св. 0,5 до 4,0	Св. 0,5 до 2,0

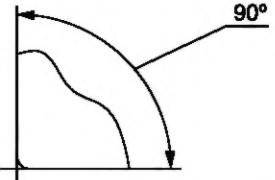
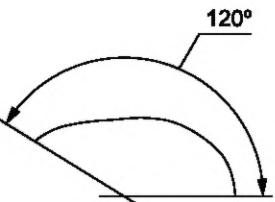
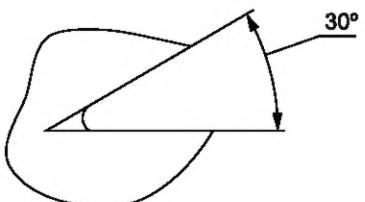
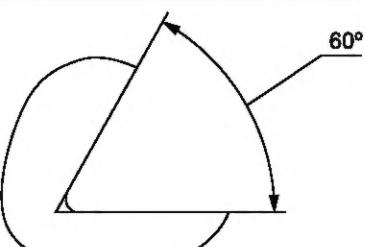
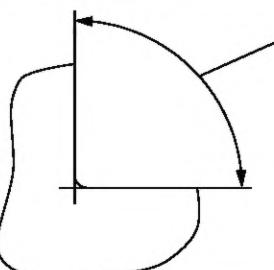
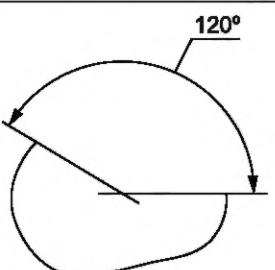
6 Конструктивно-технологические параметры детали и ее элементов

6.1 Значения параметров элементов конструкции деталей, изготавляемых чистовой вырубкой: угла сопряжения элементов контура детали, радиуса закругления угла; размеров отверстия, перемычки, выступа, впадины, паза и кольца, приведенных на рисунке 2, а также параметров элемента конструкции зубчатого колеса, приведенных на рисунке 3, должны быть выполнены в соответствии с данными таблиц 4, 5 и 6.

Таблица 4 — Угол сопряжения элементов контура детали и радиус закругления угла

Контур детали	Угол сопряжения, эскиз	Радиус закругления R , мм, не менее		
		Группа технической сложности конструкции детали		
		1	2	3
Наружный контур		0,3S	0,6S	0,8S
		0,2S	0,3S	0,4S

Окончание таблицы 4

Контур детали	Угол сопряжения, эскиз	Радиус закругления R , мм, не менее		
		Группа технической сложности конструкции детали		
		1	2	3
Наружный контур		0,2S	0,2S	0,3S
		0,1S	0,2S	0,2S
Внутренний контур (отверстие)		0,2S	0,4S	0,5S
		0,2S	0,2S	0,3S
Внутренний контур (отверстие)		0,1S	0,2S	0,2S
		0,1S	0,1S	0,2S

П р и м е ч а н и е — Радиус закругления R наружного контура при вырубке детали из полосы, ширина которой равна ширине детали b , находят из соотношения $R \geq 0,6b$, чтобы избежать образования выступов.

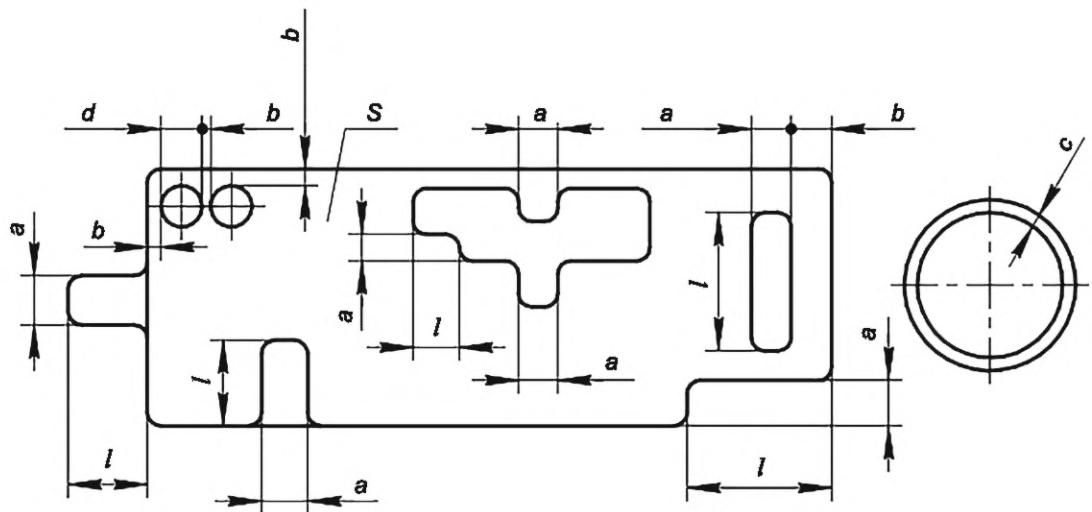


Рисунок 2 — Размеры отверстия, перемычки, выступа, впадины, паза и кольца

Таблица 5 — Размеры отверстия, перемычки, выступа, впадины, паза и кольца

Наименование параметра	Обозначение	Значение параметра, не менее		
		Группа технической сложности конструкции детали		
		1	2	3
Диаметр отверстия, мм	d	$0,6S$	$0,8S$	$1,0S$
Ширина выступа, паза, впадины, мм	a	$0,6S$	$1,0S$	$1,5S$
Ширина перемычки между отверстиями и между отверстием и краем детали, мм	b	$0,6S$	$1,0S$	$1,5S$
Ширина стенки кольцевой детали, мм	c	$0,6S$	$1,0S$	$2,0S$
Длина паза, выступа, впадины, мм, не более	l	$(1,5—3,0)S$		

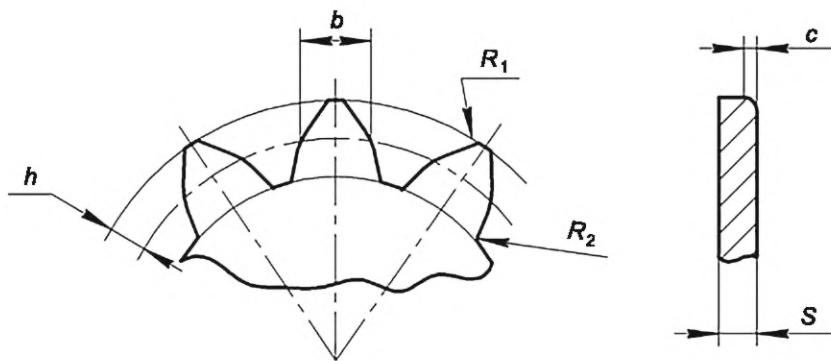


Рисунок 3 — Обозначение параметров зубчатого элемента конструкции детали

Таблица 6 — Значение параметров зубчатого элемента конструкции детали

Наименование параметра	Обозначение	Значение параметра, не менее		
		Группа технической сложности конструкции детали		
		1	2	3
Ширина зуба по делительной окружности, мм	b	0,6S	0,8S	1,0S
Высота вершины зуба, мм	h	0,2S	0,4S	0,8S
Высота скругления кромки (утяжка), мм	c	$(1,5\text{---}3,0)S$		
Радиус закругления, мм	R_1, R_2	См. таблицу 4		

6.2 В конструкцию деталей, изготавляемых чистовой вырубкой, целесообразно вводить гнутые и формованные элементы и, соответственно, в технологическом процессе, комбинировать операции чистовой вырубки и пробивки с операциями гибки, отбортовки, надрезки, рельефной формовки, рельефной чеканки (включая зенковку, маркировку, керновку), высадки и осадки.

6.3 При надрезке с отгибкой в соответствии с рисунком 4 шероховатость поверхности среза по контуру отверстия и отогнутой части следует установить, как при обычной вырубке, а линии надреза — задать с поднутрением не менее $1^\circ\text{---}3^\circ$ (см. рисунок 4а). Для деталей толщиной 1,5 мм и более — в углах следует предусмотреть дополнительно технологические отверстия диаметром не менее удвоенного значения радиуса гибки (см. рисунок 4б).

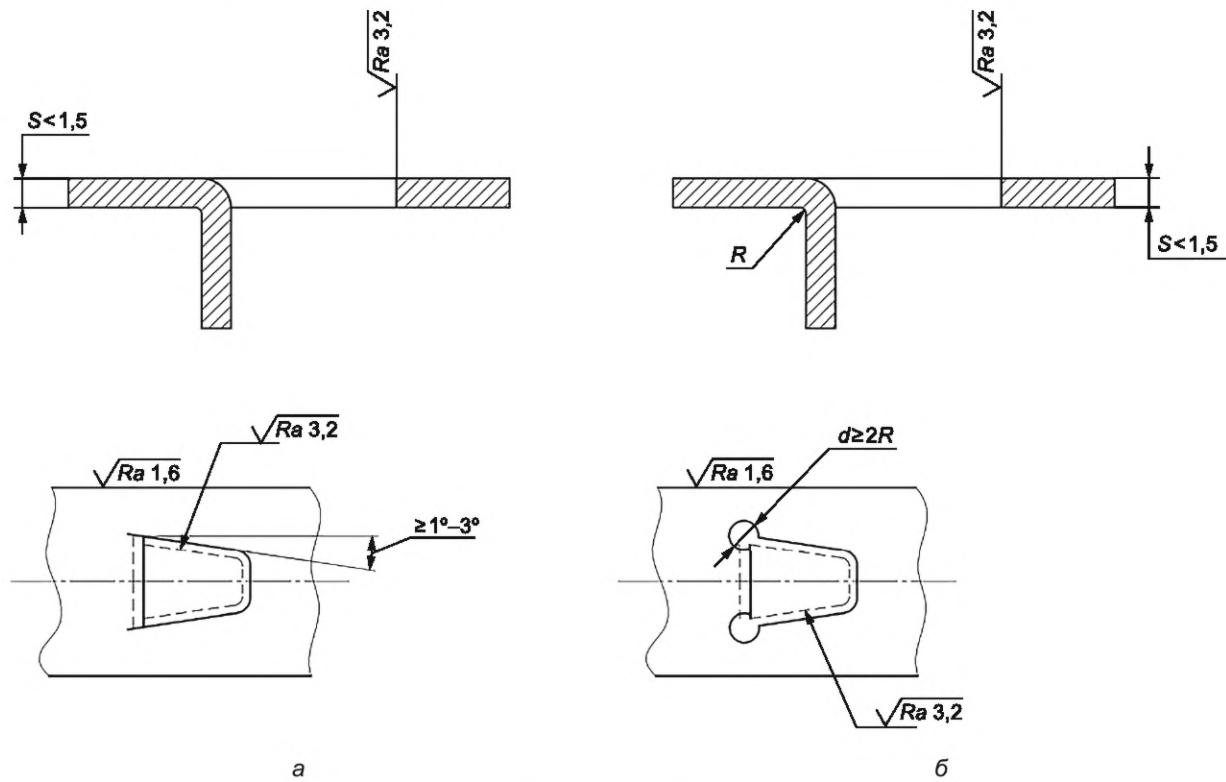


Рисунок 4 — Схема надрезки с отгибкой

6.4 При совмещении операции чистовой вырубки с гибкой угол гибки не должен быть более 15° , как показано на рисунке 5а. При увеличении угла гибки шероховатость поверхности среза по всему отогнутому участку следует установить, как при обычной вырубке и гибке. Кроме того, в развертке, в зоне изгиба, следует внести вырезы, как показано на рисунке 5б, компенсирующие наплывы материала при гибке.

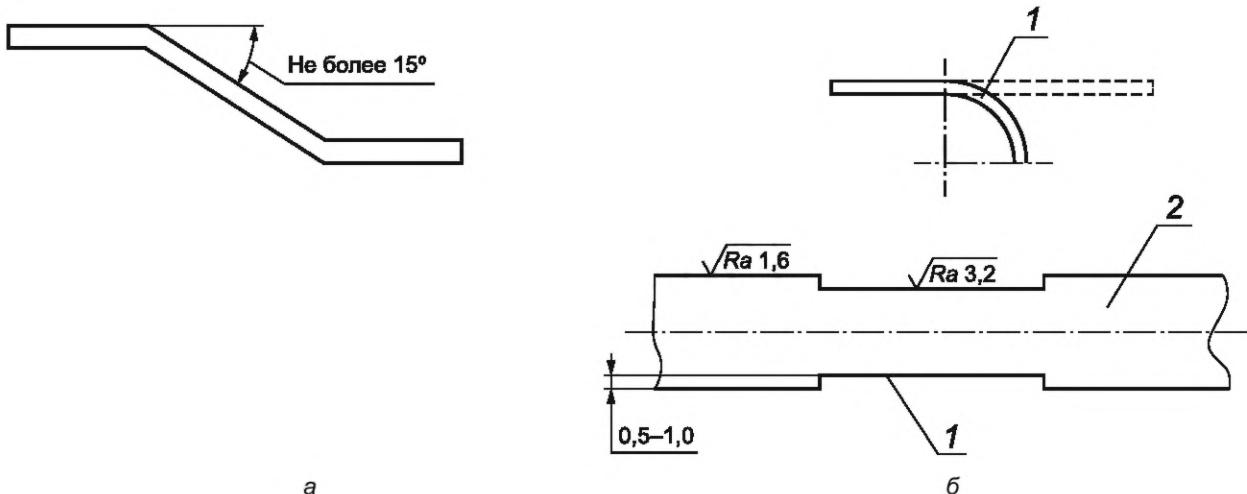


Рисунок 5 — Схема вырубки с гибкой

6.5 Отбортовку следует выполнять после чистовой пробивки отверстия в соответствии с рисунком 6.




Рисунок 6 — Схема отбортовки

6.6 Глубина элемента конструкции детали, образованного рельефной чеканкой (включая маркировку и керновку), не должна быть более 10 % толщины материала, т. е. $h \leq 0,1S$. Допускаются местные наплывы материала высотой до 0,05—0,10 мм, как показано на рисунке 7.

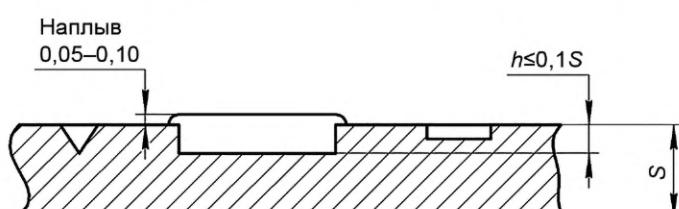


Рисунок 7 — Схема рельефной чеканки

6.7 На рисунке 8а и 8б показана глубина зенковки, которая принимается равной 15 % толщины материала ($h \leq 0,15S$). Допускается увеличить глубину зенковки до 30 % толщины материала ($h \leq 0,30S$), а также придать ей цилиндрическую форму (см. рисунок 8в).

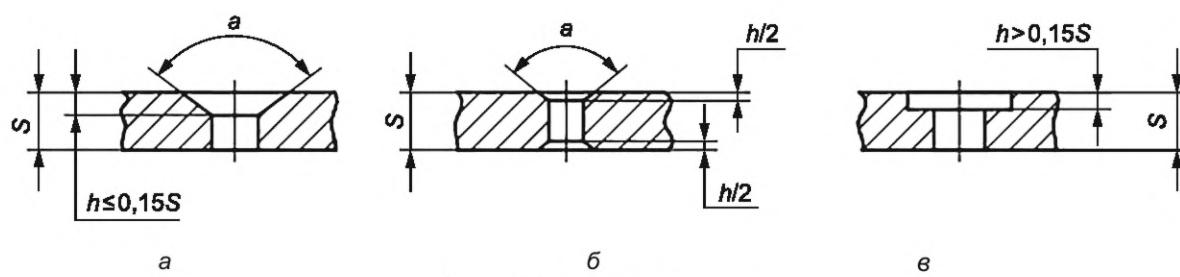


Рисунок 8 — Схема зенковки

6.8 Геометрические размеры элемента конструкции детали, образованного высадкой, следует определять из условия равенства объемов (V) вытесняемого металла, как на рисунке 9, то есть:

$$V_1 = V_2, \quad (6.1)$$

где V_1 — объем металла до операции «высадка», м^3 ;

V_2 — объем металла после деформирования, м^3 .

$$h_2 = d_1^2/d_2^2, \quad (6.2)$$

где h_2 — высота конструктивного элемента детали, мм (см. рисунок 9);

d_1 и d_2 — диаметры конструктивных элементов детали, мм.

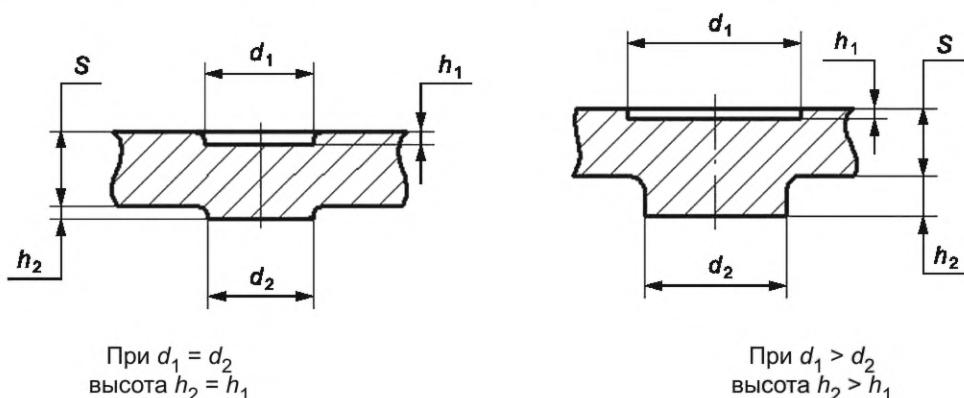


Рисунок 9 — Схема высадки

6.9 Глубина осадки в соответствии с рисунком 10 не должна быть более 50 % толщины материала ($h \leq 0,5S$), а площадь деформируемой поверхности — не более 70 % общей площади детали.

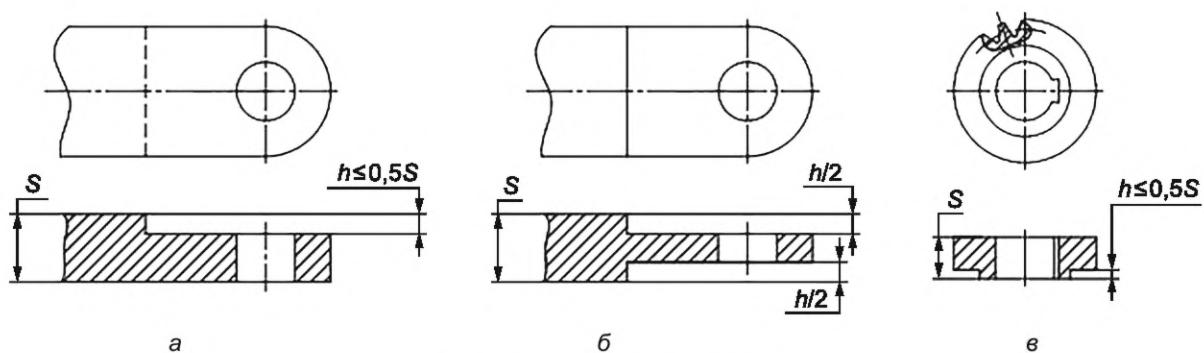


Рисунок 10 — Схема осадки

7 Требования к точности изготовления деталей

7.1 Точность размеров деталей, изготовленных чистовой вырубкой, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 7 и ГОСТ 25347.

7.2 На поверхности среза деталей, изготовленных чистовой вырубкой, допускаются отдельные дефекты, не выводящие значения параметров шероховатости за пределы, указанные на чертеже детали.

Характер и значения допускаемых дефектов поверхности среза деталей, не должны превышать величин, приведенных в приложении Г.

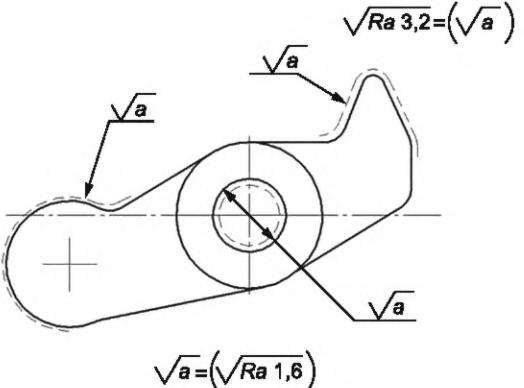
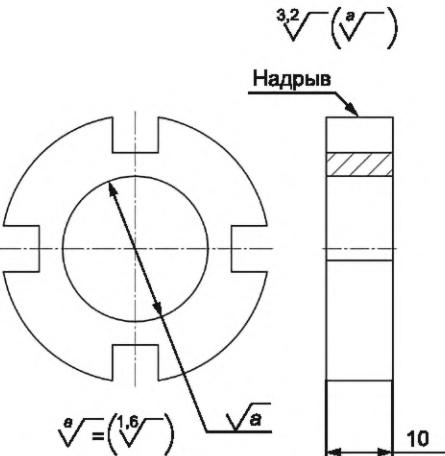
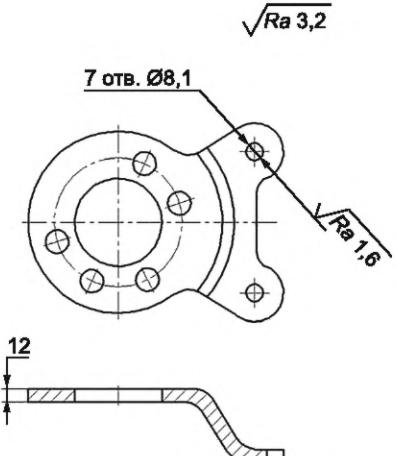
Таблица 7 — Точность размеров деталей, изготовленных чистовой вырубкой ($\sigma_B \leq 600$ МПа)

Толщина материала S , мм	Группа технологической сложности конструкции детали	Элемент конструкции детали		
		Наружный контур	Контур отверстия	Расстояние между центрами отверстий
		Квалитет, ниже		
От 0,5 до 1,0 включ.	1	7	7	7
Св. 1,0 до 2,0 включ.				
Св. 2,0 до 3,0 включ.		8	8	8
Св. 3,0 до 4,0 включ.				
Св. 4,0 до 5,0 включ.	2	9	9	9
Св. 5,0 до 6,0 включ.				
Св. 6,0 до 8,0 включ.		10	10	10
Св. 8,0 до 10,0 включ.				
Св. 10,0 до 12,0 включ.	3	11	11	10
Св. 12,0 до 16,0 включ.				

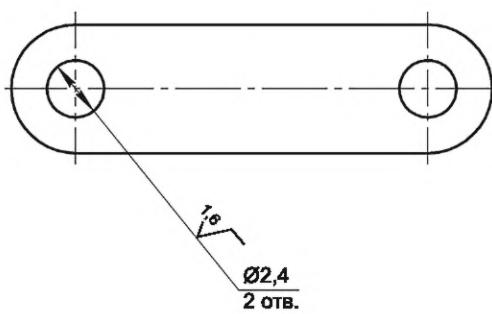
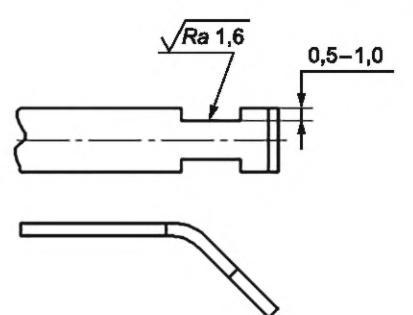
Приложение А
(рекомендуемое)

Примеры установления шероховатости элементов конструкции детали

Таблица А.1

Эскиз детали	Технические требования
Зашелка	
	$\sigma_B = 500 \text{ МПа}$. $S = 5 \text{ мм}$. Группа сложности — 3. Повышенные требования предъявляются к участкам, обведенным штрихпунктирной линией. Допускается скол на выходной кромке до $0,1S$
Гайка	
	Материал — сталь 45. $\sigma_B = 480\text{--}637 \text{ МПа}$. $\delta = 18 \%$. Группа сложности — 3. Повышенные требования предъявляются к поверхности контура отверстия (будет нарезаться резьба). На гранях пазов под ключ допускаются надрывы
Фланец	
	$\sigma_B = 410 \text{ МПа}$. $S = 12 \text{ мм}$. $d = 0,67S$. Группа сложности — 3. При выходной кромке допускается скол высотой до $0,1 \text{ мм}$

Окончание таблицы А.1

Эскиз детали	Технические требования
Пластина цепи	
 <p style="text-align: right;">$\sqrt{Ra\ 3,2}$</p> <p>ϕ</p> <p>$\phi 2,4$ 2 отв.</p>	<p>Материал — сталь 45. $\sigma_B = 600$ МПа. $\delta = 16\%$. $S = 4,0$ мм. Повышенные требования предъявляются к качеству поверхности отверстий</p>
Рычаг	
 <p style="text-align: right;">$\sqrt{Ra\ 3,2}$</p> <p>$\sqrt{Ra\ 1,6}$</p> <p>0,5–1,0</p>	<p>В зоне изгиба, с целью компенсации наплыва материала, выполняются впадины глубиной 0,5—1,0 мм обычной вырубкой</p>

Приложение Б
(рекомендуемое)

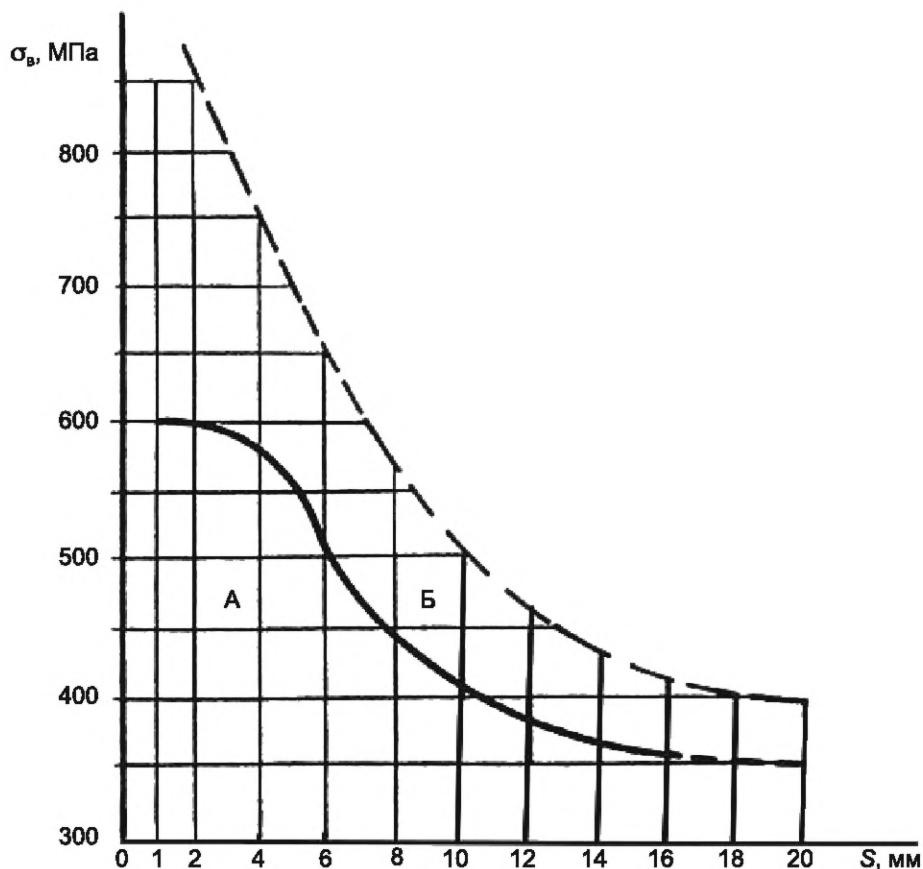
Перечень и механические свойства материалов, применяемых при чистовой вырубке

Таблица Б.1

Наименование материала	Марка материала	Обозначение стандарта	Временное сопротивление, σ_B , МПа	Относительное удлинение δ , %
Сталь листовая углеродистая общего назначения	08 кп	ГОСТ 16523	265—382	30—32
	08 пс, 08, 10 кп		274—392	28—30
	10 пс, 10		294—412	28—29
	30		441—588	21
	45, 50		549—686	16
Лента стальная: особо мягкая	08 кп, 08 пс	ГОСТ 503	245—392	23—30
	10 кп		314—441	17—20
	У8, У8А	ГОСТ 2283	650—750	10—15
Лента из инструментальной и пружинной стали (отожженная)	60С2А, 70С2ХА		900	8
Сталь листовая легированная	30ХГСА	ГОСТ 4543	490—735	22
Сталь коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная (умягченная)	12Х18Н9	ГОСТ 5582	539	35
	08Х18Н10Т		510	40
	12Х18Н10Т		529	40
Листы из алюминиевых сплавов (мягкие)	АД1М	ГОСТ 21631	59	20—28
	АМцМ		88	18—22
	АМцН2		147	5—6
	АМг2М	ГОСТ 21631	167	16—18
	АМг6М		274—314	15
	Д16АМ		127—235	10
Листы и полосы медные (мягкие)	M1, M2, M3	ГОСТ 1173	200—260	36
Листы и полосы латунные: мягкие	Л63	ГОСТ 2208	290—400	38
	Л63		340—470	20
	Л68		370—470	20
Ленты и полосы из бериллиевой бронзы (мягкая)	Бр.Б2	ГОСТ 1789	392—588	20—30
Полосы горячекатаные для чистовой вырубки, мм: толщина — 4—8; ширина — 85—100; длина — 3000	08	[1]	412	32
	0810А		412	36
	10; 1010А		412	32
	20; 2010А		490	28

Приложение В
(рекомендуемое)

Пределы применяемости (по толщине) листовой стали при чистовой вырубке

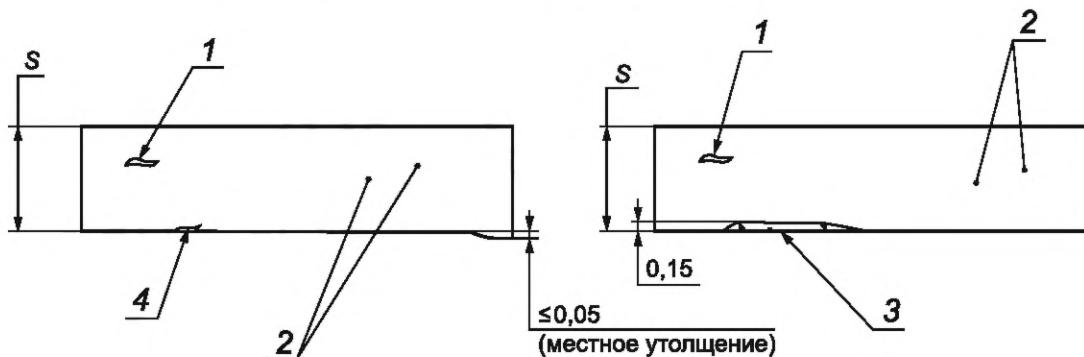


А — рекомендуемая область применения чистовой вырубки; Б — допустимая область применения чистовой вырубки. При этом увеличивается шероховатость поверхности среза за счет образования зоны и скола и повышается износ штампа

Рисунок В.1 — Пределы применяемости (по толщине) листовой стали при чистовой вырубке

Приложение Г
(рекомендуемое)

Характер и значения допускаемых дефектов поверхности среза деталей, изготовленных чистовой вырубкой



1 — надрыв; 2 — точечные вырывы; 3 — скол; 4 — микроскоп; S — толщина материала, мм

Рисунок Г.1 — Допускаемые дефекты поверхности среза деталей, изготовленных чистовой вырубкой

Таблица Г.1 — Виды допускаемых дефектов поверхности среза в зависимости от группы технологической сложности конструкции детали

Вид допускаемых дефектов поверхности среза	Количество дефектов		
	Группа технологической сложности конструкции детали		
	1	2	3
Единичные разрозненные точечные вырывы (точки), на 100 пог. мм периметра поверхности среза, шт.	5	10	По эталону То же » »
Единичные разрозненные надрывы (линии), на 100 пог. мм, шт.	2	4	
Микросколы на выходной кромке (высота не более 0,1S; длина не более 10 мм)	2	4	
Скол (высота не более 0,1S, длина более 10 мм), на 100 пог. мм	—	—	
Местное утолщение по всему периметру (со стороны пулансона), высота, мм, не более	0,05	0,05	0,05

Библиография

- [1] ТУ 14-1-3384-82 Прокат горячекатаный полосовой для чистовой вырубки

УДК 672.88.02:006.4

ОКС 03.100.50

Ключевые слова: технологичность конструкции, детали, изготовленные чистовой вырубкой, вырубка

Редактор *Л.В. Коротникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.11.2024. Подписано в печать 02.12.2024. Формат 60×84½. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,37.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

