

СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ КЛЕЕВ
ИМ. Э. Л. ТЕР-ГАЗАРЯНА

СБОРНИК ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Составитель М. И. Смирнова

Под редакцией
докт. техн. наук Д. А. КАРДАШОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХИМИЯ“
Ленинградское отделение
1975

6 П7.56
УДК 668.395(083.74)
С23

С23 Сборник технических условий на клеящие материалы. Л., «Химия», 1975.
464 стр., 40 рис.

Сборник технических условий составлен по заданию Союзхимпласта Министерства химической промышленности СССР. В него входят технические условия на клеи, клеевые смолы и пленки, липкие ленты. В приложении приведены также данные о клеях, на которые имеются ГОСТы и стандарты. Описаны различные методы испытаний. Для каждого клея указаны области применения и способы склеивания.

Книга является справочником для инженерно-технических работников химической, нефтехимической, машиностроительной, судостроительной, легкой, деревообрабатывающей, пищевой и медицинской промышленности. Она будет полезна также работникам торговли и предприятий бытового обслуживания.

С $\frac{31410-081}{050(01)-75}$ 81-75

6 П7.56

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	11
-----------------------	----

I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Клеи на основе фенолоформальдегидных смол

Клеи на основе немодифицированных смол

Смола ВИАМ-Ф9	ТУ 6-05-1384—70	15
Смола ВИАМ «Б»	ТУ 6-05-1368—70	19
Смола фенолоформальдегидная водо- растворимая ЦНИИФ водостойкая	ТУ 13-22—70	22
Смола НИИФ С-35 водорастворимая	ТУ 335—53	26
Смола С-1	ТУ 59—49	29

Фенолоформальдегидные клеи, модифицированные поливинилацетатами

Клей БФР-2	ТУ НИИПМ П-437—65	30
Клей БФР-4	ТУ НИИПМ П-395—64	33
Клей марки ВС-350	МРТУ 6-05-1216—69	34
Клей ФРАМ-30	ТУ П-354—63	37

Клей на основе фенолоформальдегидной смолы, модифицированной каучуком

Клей ПФК-19	ТУ П-601-68	39
-------------	-----------------------	----

Клеи на основе фенолофурфуроформальдегидных смол

Клей Ф-9	ТУ 6-05-211-808—72	40
Клей ФЛ-4С	МРТУ 6-05-1110—68	43

Клеи на основе резорциноформальдегидных смол

Смола и клей ФР-12	МРТУ-6-05-1202—69	46
Мастика ДФК	РТУ ЭССР 1378—67	49
Смола дифенольная ДФК-4	ТУ 38 1095—71	51

Клеи на основе мочевиноформальдегидных смол

Смола М-4	ТУ 6-10-1070—70	53
Смола мочевиноформальдегидная М-60	МРТУ 13-06-5—67	55
Смола мочевиноформальдегидная М-70	МРТУ 13-06-9—67	57

Смола мочевиноформальдегидная ЦНИИФМ М-4	ВТУ 560—58	58
Клей столярный синтетический	ТУ 6-14-325—69	60
Смола мочевиноформальдегидная МФСМ	МРТУ 13-06-1—67	62
Смола мочевиноформальдегидная М 19-62	МРТУ 13-06-4—67	64
Клей МФ-60 (для быта)	ТУ 39-2-29—68	65
Смолы карбамидные клеевые УСт и У	ТУ УССР 13-9—69	66
Смолы карбамидные МФ, МФ-17 и УКС	МРТУ 6-05-1006—66	70
Смола мочевиноформальдегидная марки «Крепитель К-2»	ТУ 84-162—70	72
Мочевиноформальдегиднофурфу- рольная смола МФФ-М	МРТУ 6-14-50—68	74

Клеи на основе эпоксидных смол Эпоксидные клеи холодного отверждения

Клей К-50	ТУ 38 105246—71	76
Клей эпоксидный ЭПО	ТУ 38 00972—72	78
Клеевая паста «Полиметалл»	ТУ-1-103—68	80
Клей эпоксид П и Пр	АМТУ 460—70	83
Клей синтетический двухкомпонент- ный марки ИПК-Л-10	ТУ 6-05-251-11—72	84

Клеи на основе модифицированных эпоксидных смол

Компаунд К-139	ТУ П-313—62	88
Компаунд К-156	СТУ 30-14212—64	90
Смолы эпоксидные модифицирован- ные марок К-153 и К-153 «С»	ТУ 6-05-1584—72	92

Клеи на основе полиуретанов и полиизоцианатов

Клей полиуретановый обувной марки ГИПК-121	ТУ 6-05-1558—72	95
Клей лейконат	МРТУ 6-14-235—69	98

Клеи на основе полиэфирных смол

Клей глифталевый АМК	ТУ УПХ 62—58	101
Клей полиэфирный для склеивания магнитных цепей марки ГИПК- 131	ТУ 6-05-251-15—72	103

Клеи на основе кремнийорганических соединений

Клей ВК-2	МРТУ 6-05-1214—69	105
Клей ВК-8	АМТУ 503—63	108
Клей кремнийорганический термо- стойкий КТ-30	ВТУ П-63—64	109
Клей марки КТ-15	МРТУ 6-07-6036—64	111
Клей МАС-IV	ТУ 14 П 730—68	112
Клей термостойкий ВКТ-2	МРТУ 6-10-826—69	114
Материалы органосиликатные	ТУ 84-20—68	115
Герметик кремнийорганический «Эла- стосил П-01»	ТУ 6-02-655—71	121

Клеи на основе неорганических соединений

Клей силикатный конторский	МРТУ 6-15-433—70	124
Клей силикатный конторский	РТУ КазССР 734—67	126
Клей конторский силикатный	ЛГИ-ТУ-02-6—69	129
Клей конторский (в мелкой расфасовке)	МРТУ 49116—69	130
Конторский клей	РТУ ЭССР 1302—65	132
Клей универсальный с аэросилом	ТУ МХП УССР 60—67	133

2. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Клеи на основе полимеров и сополимеров винилхлорида

Клей МЦ-1	ТУ 6-15-266—69	135
Клей ПВХ	МРТУ 6-10-893—69	138
Клей для склеивания изделий из поливинилхлоридной пленки	ТУ 6-15-687—72	140
Клей перхлорвиниловый	ТУ 6-15-185—68	143
Клей перхлорвиниловый обувной	ТУ 38-6-21—68	145
Клей перхлорвиниловый	ТУ ЛЛКЗ-2—67	146
Композиция для клея ПЭД-Б	ВТУ П 293—62	147
Клей для соединения винилпластовых труб марки ГИПК-122	ТУ 6-05-251-10—72	148
Клей «Марс» водостойкий	ТУ 6-15-777—73	152
Клей ЦНИИКП-КС	ТУ 6-15-187—68	157
Клей ПН-Э	ТУ НИИПМ П-380—64	158
Клей термочувствительный для сварки обивки автомобилей ВАЗ марки ГИПК-213	ТУ 6-05-1578—72	162
Клеящее вещество для изолирующих материалов полов легковых автомобилей ВАЗ-2101	МРТУ 6-05-1245—69	164
Клей для склеивания стальных деталей кузова автомобиля «Жигули» марки ГИПК-133 (ИПК-КС-2П)	ТУ 6-05-251-17—73	166
Клей пластизольный для склеивания оптических элементов автомобильных фар марки ГИПК-134 (ИПК-КС-1П)	ТУ 6-05-251-18—73	171

Клеи на основе полимеров и сополимеров винилацетата и его производных

Поливинилацетатный лак	ТУ МХП 1376—50	174
Клей конторский синтетический	ТУ ЛатвССР 2931—66	176
Клей синтетический	ТУ 6-15-552—71	178
Клей «Орион»	ТУ 1-60-67	180
Клей поливинилацетатный	ТУ МХП УССР—35—67	182
Клей «ПВА»	ТУ ЭССР 76-57—68	184
Клей ГИПК-61	ТУ 6-05-1435—71	185
Конторский клей «Синтекс»	ТУ 30-229—65	188
Дисперсия сополимера винилацетата с дибутилмалеатом С-135	ТУ 6-10-1079—70	189
Клей сополимерный марки ГИПК-94	ТУ 6-05-251-08—72	193
Клей для склеивания бумажных гильз охотничьих патронов марки ГИПК-95	ТУ 6-05-251-16—72	195
Клей контактный холодного отверждения марки ГИПК-141	ТУ 6-05-251-13—72	197
Клей синтетический СК-1	ТУ 38-2-30—68	199
Клей БФ-6	РТУ БССР 1377—67	201

Клеи на основе производных акриловой и метакриловой кислот

Циакрин-ЭО	ТУ 14 П 1240—71	203
Циакрин-ЭД	ТУ 14 П 1144—70	204
Циакрин-ЭПЗ	ТУ 14 П 1143—70	205
Циакрин-ЭП	ТУ 14 П 1142—70	205

Клеи на основе полиамидов

Синтетический клей «Адгезин»	ТУ 1-61—68	206
Клей метилполлиамидный ПФЭ-2/10	ТУ 84-23—68	208
Клей марки МПФ-1	МРТУ 6 М-800—61	209

Клеи на основе полиизобутилена и полистирола

Полиизобутиленовый клей	ТУ 6-15-186—68	212
Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2101	ТУ 6-05-251-06—73	214
марки ГИПК-51		
Клей «ПС»	ТУ ЭССР 76-92—69	216

Резиновые клеи

Клеи на основе натурального каучука

Термопрен	ТУ 38-6-78—70	217
Клей 4508	ТУ 38 105-480—72	220
Клей резиновый марки КТ	ТУ 38-5-531—69	221
Клей резиновый особый	РТУ ЛитССР 1132—69	223
Лейкомасса	ТУ 38-5-К ₃ -34—70	224
Клей мастика КН-2	СТУ 36-13-62—62	225
Клей № 4269	ТУ 38-105109—70	227

Клеи на основе наирита

Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2103	ТУ 6-05-251-09—73	228
марки ГИПК-214		
Клей резиновый марки С-425-1 . .	ТУ 38-105211—71	231
Клей 4Н-8	ТУ 38-5-259—67	233
Клей 4НБув	ТУ 38 105236—71	235
Клей резиновый марки С-425	ТУ 38-10517—70	237
Клей резиновый марки 4-АН	ТУ 38-5-Г-346—68	238
Клей НТ-150	ТУ 38-5-274—67	239
Клей 88-Н	МРТУ 38-5-880—66	241
Клей 88-НП-35, 88-НП-43, 88-НП-130	ТУ 38-105268—71	243
Клей СВ-2а	ТУ 38-5-390—69	248
Клей резиновый марки СВ-5	ТУ 38-5-Г-182—68	250
Клей для резины	ТУ 82—65	252
Кумароно-каучуковая мастика КН-3	ТУ 21-29-2—68	254
Клей контактный холодного отвер- ждения для автомобиля ВАЗ-2103	ТУ 6-05-251-20—73	257
марки ГИПК-215 (КЛМ-1)		
Клей наиритовый № 251	ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-6—68	259
Клей для резиновых деталей низа обуви	СТУ 103-162—62	260
Клей наиритовый НТ	РТУ ЛитССР 612—65	261
Клей наиритовый обувной	ТУ 38-6-46—69	263

Клеи на основе бутадиен-акрилонитрильных каучуков

Клей 9М-35ф	ТУ 38-5-216—67	265
Клей ФЭН-1	ТУ 38-5-494—69	266
Клей резиновые марок 3-100 и 3-300	ТУ 38-5-372—68	268
Клей ВКР-15	ТУ 38 105170—70	270

Клей на основе бутадиен-стирольного каучука

Клей резиновый Э-15А	ТУ 38 105276—71	272
Мастика клеящая Гумилакс	ТУ 67 УССР 98—71	273

Клей на основе различных резиновых смесей

Клей для автомобильной промыш- ленности	ТУ 38 105517—72	275
Клей КМ-51	ТУ 38-10558—70	278
Клей резиновый № 109	ТУ 4027—53	280
Клей резиновый № 3125/3126	ТУ 1157	281
Клей СВ-1	МРТУ 38-5-6064—65	282
Клей резиновый черный № 210	ТУ ЧРОЗ УССР 38-5-7—68	283
Клей резиновый № 815	ТУ 38-10522—70	284
Клей резиновый № 117	ТУ 38-5-541—69	285
Клей 2572	ТУ 38-5-428—69	286
Клей С-867	ТУ П-128—62	287
Клей резиновый У-425-3	ТУ 38 105214—71	289

3. ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ

Липкие ленты на бумажной основе

Липкая лента на бумажной основе для окантовки чертежей	МРТУ 42-5402—66	291
Клеевая лента	ТУ 13/БУ-54—68	293
Клеевая лента	ТУ-07-05—67	295

Липкие ленты на основе ткани

Лента липкая для крепления пласт- массовых стереотипов	ТУ 38 105-240—71	296
Лента липкая полиграфическая	ТУ 38-10559—70	298
Лента клейкая из хлопчатобумажной ткани с двухсторонней или одно- сторонней промазкой	ТУ 38 105124—70	299
Липкий материал для обувной про- мышленности (лента липкая)	ТУ 17-333—69	300
Лейкопластырь	МРТУ 42 № 487—66	302

Липкие ленты на основе поливинилхлорида

Лента поливинилхлоридная липкая для изоляции газонефтепродукто- проводов	МРТУ 6-05-1040—67	303
Лента липкая изоляционная тип-70 для автомобилей ВАЗ	ТУ 6-05-1274—73	305
Ленты маркировочные липкие	МРТУ 6-05-1240—69	311
Лента электроизоляционная липкая бытового назначения	ТУ 6-05-42—71	312
Лента липкая бытового назначения марки ЛЛБ	ТУ 6-05-08-143—71	314

Липкие ленты на полиэтиленовой основе

Лента полиэтиленовая с липким сло- ем для детского технического твор- чества	МРТУ 6-05-111-6—68	316
Ленты полиэтиленовые с липким слоем	МРТУ 6-05-1250—69	318

Липкие ленты на основе полиэтилентерефталата

Таблички из пленки полиэтилентерефталатной приклеивающиеся	ТУ 6-05-1317—71	320
Лента склеивающая ЛТ	МРТУ 6-17-276—68	324
Универсальная склеивающая лента марки КЛТ	МРТУ 6-05-21—69	

Липкие ленты на целлофановой основе и на основе стеклоткани

Лента склеивающая ЛЦ	МРТУ 6-17-314—69	329
Лента липкая электронизоляционная на поликасиновом компаунде	ТУ 16-503.016—67	332

4. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Клеи на основе нитроцеллюлозы

Клей «АГО» нитроцеллюлозный	РТУ ЛатвССР 407—64	336
Клей «Рapid»	СТУ 30 21004—63	338
Нитроклей АК-20	ТУ 6-10-1293—72	339
Клей нитроцеллюлозный «АГО»	РТУ ЛитССР 94—67	341
Клей для скобок к шивателям	ТУ 6 ЛатвССР 09—70	344
Клей нитро-глифталевый ЛК-1	ТУ МХП 2224—50	346

Клеи на основе карбоксиметилцеллюлозы и ее производных

Клей для обоев	СТУ 30 21053—63	348
Клей синтетический для обоев	ТУ 6-15-692—72	350
Клей карбоксиметилцеллюлозный (клей КМЦ)	РТУ ЛитССР 676—66	353

5. РАЗЛИЧНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ КЛЕИ

Клей для магнитофонной ленты	РТУ ЭССР 1253—65	355
Клей для магнитофонной ленты	РТУ ЛитССР 865—68	356
«Мелодия» клей для магнитофонной ленты	ТУ 6-15-436—70	358
Киноклей	ТУ МХП УССР 112—68	360
«Экран» клей для кинолент	ТУ 6-15-437—70	361
Клей конторский «Синтекс»	РТУ ЭССР 1376—67	364
Клей марки Б-10	ТУ МХП 1668—55р	365
Клей обувной	СТУ 104.416—64	368
Клей контактный холодного отверждения марки ФЭП	ТУ 6-05-251-01—71	371
Клей двухкомпонентный холодного отверждения марки ГИПК-212	ТУ 6-05-251-07—72	373
Клей для фотополимеризующихся печатных форм марки ГИПК-311	ТУ 6-05-251-14—72	376
Клей битумный	ТУ 6-10-941—70	379
Карбинольный сироп	ТУ 17-731—71	380

II. ПРИРОДНЫЕ КЛЕИ

1. ЖИВОТНЫЕ КЛЕИ

Клей в порошке из отходов галалита	ТУ-109/7-14—61	385
Клей канцелярский казеиновый	ТУ 6-15-425—70	386
Клей казеиновый	ТУ 38-7-44—68	388
Клей казеиновый из отходов казеинового пластика	ТУ 23—67	390
Клей рыбий технический	ТУ 15-03-103—67	391
Клей рыбий технический	ТУ 15-05-36—67	392

2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ

Клей-паста «Ортофикс»	ТУ ЭССР 61-33—68	393
Клей для обоев и бумаги	ТУ ГО.00.35.02—69	395
Клей обойный	ТУ 6-15-553—71	396
Клей для обоев	РТУ БССР 1573—69	399
Клей декстриновый	РТУ ЛитССР 321—66	401
Клей для конторских и фоторабот	ТУ-ЛГИ-02-404—69	403
Клей декстриновый конторский	РТУ ЛатвССР 769—64	404
Клей конторский «Гликон»	ВТУ МММП 289—46	406
Клей для бумаги «ЛК»	РТУ ЭССР 1519—68	407

Приложение 1. Клеящие материалы, на которые имеются ГОСТы и стандарты

Клеи фенолополивинилбутиральные	ГОСТ 12172—66	411
Лаки бакелитовые	ГОСТ 901—71	412
Смолы мочевиноформальдегидные УКС и М19-62	ГОСТ 14231—69	413
Стекло натриевое жидкое	ГОСТ 13078—67	413
Клей садовый	РСТ БССР 82—70	414
Клей Ж-3	РСТ УССР 1205—70	414
Клей синтетический «Марс»	РСТ ЛатвССР 63—71	415
Клей поливинилацетатный	РСТ АрмССР 224—71	415
Клей резиновый	ГОСТ 2199—66	415
Клей быстросхватывающийся наиритовый «Ремобувь»	РСТ БССР 139—71	416
Лента изоляционная прорезиненная	ГОСТ 2162—68	417
Лента клеевая на бумажной основе	ГОСТ 18251—72	417
Лента поливинилхлоридная изоляционная	ГОСТ 16214—70	418
Клей «ЕГА»	РСТ ЛитССР 36—70	419
Клей мездровый	ГОСТ 3252—46	420
Клей костный	ГОСТ 2067—71	421
Клей казенный в порошке	ГОСТ 3056—45	422
Клеи оптические	ГОСТ 14887—69	422

Приложение 2. Методы испытаний

А. Методы испытаний физических и физико-химических свойств клеев

I. Определение внешнего вида, цвета и однородности	425
1. Определение цвета и внешнего вида (по ГОСТ 901—71)	425
2. Определение внешнего вида лаков, растворителей и смывок (по МРТУ 6-10-793—69, МИ-5)	425
3. Определение цвета по иодометрической шкале (по ОСТ 10086—39 М. И. 4)	425
4. Определение однородности резинового клея (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-1)	426
II. Определение сухого остатка, содержания летучих веществ и концентрации	426
1. По ГОСТ 17537—72	426
2. По ГОСТ 14231—69	426
3. По ГОСТ 12172—66	427
4. По ГОСТ 901—71	427
5. По ГОСТ 18992—73	427
6. По ГОСТ 2199—66	428
7. По ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-2	428
8. По ГОСТ 10587—72	429
III. Определение вязкости	429
1. По ГОСТ 8420—57	429

2. По ГОСТ 18992—73	430
3. По ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-3	431
IV. Определение плотности	431
1. По ГОСТ 3900—47	431
2 По ГОСТ 9884—61	431
V. Определение концентрации водородных ионов (по ГОСТ 14231—69)	432
VI. Определение жизнеспособности	432
1. Определение времени отверждения (по ГОСТ 14231—69)	432
2. Определение скорости полимеризации смолы (по ГОСТ 901—71)	433
3. Определение жизнеспособности (по ГОСТ 14231—69)	433
VII. Определение смешиваемости смолы с водой (по ГОСТ 14231—69)	433
VIII. Определение времени высыхания (по ОСТ 10086—39, М. М. 17)	433
IX. Определение эластичности клеевой пленки после отверждения (по ГОСТ 12172—66)	434
X. Определение теплостойкости	435
1. Определение теплостойкости по Вика (по ГОСТ 9551—60)	435
2. Определение теплостойкости по Мартенсу (по ГОСТ 15089—69)	436
XI. Определение морозостойкости (по ТУ 1391—51р)	439
XII. Определение водопоглощения (по ГОСТ 4650—73)	439

Б. Химические испытания клеев

XIII. Определение содержания свободного формальдегида (по ГОСТ 14231—69)	440
XIV. Определение кислотного числа водной выдержки нитроклея (по МРТУ 6-10-793—69, МИ-6)	441
XV. Определение содержания кремнезема (по ГОСТ 13078—67)	441
XVI. Определение содержания изоцианатной группы (по ТУ 6-03-22-15—72)	444

В. Методы испытания механической прочности клеевых соединений

XVII. Определение прочности склеивания при отслаивании	445
1. Определение прочности склеивания резины с металлом (без вулканизации) (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-6)	445
2. Определение прочности приклеивания ткани к деревянной поверхности (по МРТУ 6-10-792—69, МИ-13)	446
XVIII. Определение прочности склеивания при расслаивании	447
1. Определение прочности склеивания слоев резины с резиной, про-резиненных тканей между собой и резины с другими материалами (по ГОСТ 6768—53)	447
2. Определение прочности сдвоенных тканей (по ГОСТ 8976—59)	448
3. Определение прочности связи тканевых полосок, склеенных резиновым клеем (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-4)	448
XIX. Определение предела прочности клеевых соединений при разрыве (по ГОСТ 270—64)	449
XX. Определение предела прочности клеевых соединений при сдвиге (по ГОСТ 14759—69)	451
XXI. Определение предела прочности клеевых соединений при равномерном отрыве	453
1. Определение предела прочности клеевого соединения резины с металлом без вулканизации (по ТУ МХП УТ-887—56, СМИ-5)	453
2. Определение предела прочности клеевых соединений металлов (по ГОСТ 14760—69)	454
XXII. Определение предела прочности клеевых соединений при скалывании	456
1. По ГОСТ 3056—45	456
2. По ГОСТ 14231—69	457
XXIII. Определение предела прочности при растяжении (по ГОСТ 14236—69)	457

<i>Приложение 3. Иллюстрации</i>	<i>460</i>
--	------------

<i>Указатель марок</i>	<i>462</i>
----------------------------------	------------

ПРЕДИСЛОВИЕ

Клеящие материалы на основе синтетических полимеров и природных соединений нашли широкое применение практически во всех отраслях народного хозяйства. Возможность соединения самых разнородных материалов — металлов, пластмасс, древесины, резины, стекла, ткани, бумаги, картона, кожи, силикатных, керамических и других материалов — позволяет использовать современные клеи в машиностроении, строительной технике, легкой, химической, деревообрабатывающей, электротехнической, полиграфической промышленности, в медицине и в быту. Склеивание металлов во многих случаях имеет существенные преимущества по сравнению с традиционными методами соединений — сваркой, клепкой, пайкой, болтовыми, винтовыми соединениями, — так как дает возможность изготавливать надежные, прочные конструкции и снизить стоимость производства изделий.

В настоящее время отечественной промышленностью производится большое число клеевых материалов различного назначения, и выход в свет настоящего сборника должен способствовать ознакомлению с клеями широкого круга работающих в областях, связанных с их применением.

В сборник включены технические условия на клеящие материалы, выпускаемые в системе Министерств химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и других министерств и ведомств по состоянию на 1 января 1974 года.

Клеящие материалы, описанные в сборнике, распределены на две большие группы: синтетические и природные. В первую из этих групп входят клеи на основе термореактивных и термопластичных полимеров.

В разделе «Клеи на основе термореактивных полимеров» помещены технические условия на фенольные, эпоксидные, мочевиноформальдегидные, полиэфирные и кремнийорганические клеи, представляющие собой в большинстве случаев композиции конструкционного назначения для соединения металлов и неметаллических материалов преимущественно в машиностроении, деревообрабатывающей и строительной промышленности.

Раздел «Клеи на основе термопластичных полимеров» составлен в основном из технических условий на материалы, основой которых являются полимеры и сополимеры винилхлорида, винилацетата, производных акриловой кислоты, полиамиды. Сюда же включены подразделы, относящиеся к резиновым клеям и липким лентам. Основным назначением этих материалов является склеивание различных неметаллических материалов преимущественно в легкой промышленности, а также в быту, в медицине и т. д. Небольшие подразделы посвящены клеям на

основе производных целлюлозы и разным клеям (для магнитофонных и кинолент).

Главное назначение природных клеев (как животных, так и растительных)—приклеивание обоев, а также склеивание бумаги и картона при выполнении конторских, переплетных и фоторабот.

В приложении приведены извлечения из ГОСТов и стандартов на клеящие материалы, а также описаны методы испытаний физических, физико-химических и химических свойств клеев и механических свойств клеевых соединений.

В технические условия, помещенные в сборнике, внесены необходимые уточнения формулировок, принят, по возможности, единый порядок расположения материала и сделаны некоторые изменения редакционного характера, облегчающие пользование книгой.

Сборник снабжен указателем марок клеев.

Д. А. Кардашов

ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА ТАБЛИЧКИ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПРИКЛЕИВАЮЩИЕСЯ

ТУ 6-05-1317—71

Утверждены 23 декабря 1971 г.

(Взамен ТУ 6-05-1317—70)

Основой табличек из пленки полиэтилентерефталатной приклеивающихся служит полиэтилентерефталатная пленка (МРТУ 6-05-1065—68) толщиной от 30 до 50 мкм. На лицевой стороне таблички печатной краской нанесены цветной фон и текст в соответствии с чертежами и эталонными образцами, на оборотной — слой клея, защищенный антиадгезионной бумагой.

Таблички предназначены для маркировки узлов автомобиля ВАЗ-2101.

Таблички изготавливаются трех типов: инструкционные — по чертежу 2101-3903040; предупредительные — по чертежу Г-221-3701035; установочные — по чертежу РР-380-3702007.

1. Технические требования

1.1. Внешний вид — таблички должны быть без трещин, царапин и пятен; защитная бумага должна плотно прилегать к липкой поверхности таблички и легко сниматься в момент ее приклеивания.

1.2. Размеры, мм:

	Длина	Ширина
Инструкционные	$70 \pm 4,0$	$35 \pm 1,0$
Предупредительные	$55 \pm 3,0$	$22,5 \pm 0,5$
Установочные	$35 \pm 2,0$	$13,5 \pm 0,5$

1.3. Цвет:

	Фон	Текст
Инструкционные	Голубой	Белый
Предупредительные	Красный	Белый
Установочные	Красный	Черный

1.4. Разрушающая нагрузка при растяжении в продольном направлении — не менее 8,0 кгс.

1.5. Прочность склеивания с металлом при отслаивании образца липкой ленты шириной 10 мм:

после выдержки в течение 24 ч при 23 °С — не менее 0,4 кгс/образец;

после выдержки в течение 48 ч при 90 °С — не менее 0,5 кгс/образец.

1.6. Стойкость к старению: а) в течение 500 ч при 60 °С — отклеивание табличек по краям от металлической пластины не допускается; изменение оттенка фона и текста испытуемых образцов в сравнении с контрольными должно быть незначительным, текст должен оставаться четким;

б) в течение 100 ч при 40 °С и влажности 100% — отклеивание табличек по краям от металлической пластины и растворение краски не допускается.

1.8. Морозостойкость в течение 6 ч при —40 °С — отклеивание табличек по краям от металлической пластины, морщины, трещины не допускаются.

Примечание. Проверку качества пленки по п. 1.6, б предприятия-изготовитель производит на каждой 12-й партии.

2. Правила приемки

2.1. Таблички поставляют партиями. Партией считают количество табличек одного вида, изготовленных из одной партии пленки-основы (пленки полиэтилентерефталатной общего назначения) и одной партии клея, но не более 10 000.

2.2. Отбор проб. Для испытаний отбирают не менее 25 образцов от партии.

При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей производят по этому показателю повторные испытания на удвоенном числе образцов. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партию бракуют.

3. Методы испытаний

3.1. Внешний вид проверяют визуально.

3.2. Размеры определяют металлической линейкой с ценой деления 1 мм.

3.3. Соответствие фона и текста требованиям п. 1.3 проверяют по соответствующим чертежам и путем сравнения с эталонными образцами, согласованными между предприятием-изготовителем и потребителем.

3.4. Разрушающую нагрузку при растяжении определяют на пленке-основе по МРТУ 6-05-1065—68 «Пленка полиэтилентерефталатная общего назначения».

3.5. Определение прочности склеивания с металлом при отслаивании.

3.5.1. Оборудование и материалы: пластина металлическая из нержавеющей стали (ГОСТ 7350—66), с чистой поверхности по ГОСТ 2789—73 V5 (длина пластин 80 мм, толщина ~3 мм, ширина должна превышать ширину испытываемого образца на 10—20 мм); термошкаф; валик с рукояткой для прикатывания (диаметр 125 мм, ширина 50 мм, масса $5 \pm 0,5$ кг); спирт этиловый технический гидролизный (ГОСТ 8314—57); лак ЭМ ФЛ-149 (ТУ 6-10-969—70); лента липкая (ТУ П-1-106—71).

3.5.2. Подготовка образцов. Металлическую пластину обезжиривают, протирая тампоном из хлопчатобумажной ткани, смоченной спиртом, после чего наносят на нее лак ЭМ ФЛ-149. Затем пластинку сушат 40 мин при $140 \pm 5^\circ\text{C}$. (Подготовленные пластины используют многократно, протирая их тампоном, как указано выше.) Из испытываемых табличек вырезают образцы шириной 10 мм, длина образца равна длине таблички.

Образец на $\frac{3}{4}$ длины приклеивают к пластине равномерным прижатием руки. К свободному концу образца приклеивают липкую ленту (ТУ П-1-106—71) той же ширины, что и образец. Приклеиваемую табличку прикатывают валиком, без нажима на рукоятку валика, делая пять проходов «вперед — назад» (всего 10 проходов). Подготовленные образцы выдерживают в течение 24 ч при $23 \pm 2^\circ\text{C}$ или 48 ч при 90°C .

Испытания каждого вида производят на трех образцах.

3.5.3. Проведение испытаний. Образец устанавливают в захватах разрывной машины так, чтобы свободный конец липкой ленты 4 был зажат в подвижном захвате 5 (см. рисунок на стр. 322). Скорость движения нижнего захвата 50 мм/мин. За показатель прочности склеивания при отслаивании принимают среднее арифметическое значение результатов испытания трех образцов. Значение, полученное для каждого образца, должно быть не ниже установленной нормы.

3.6. Определение стойкости к старению.


3.6.1. Оборудование и материалы: пластины металлические; валик с рукояткой для прикатывания (диаметр валика 125 мм, ширина 50 мм, масса $5 \pm 0,5$ кг); эксикатор диаметром 20—25 см; лампа ПРК-4; термостат.

3.6.2. Подготовка образцов. Для каждого вида испытания берут шесть образцов, один оставляют в качестве контрольного, а пять подвергают испытанию. Испытуемые таблички приклеивают к металлической пластине прижатием руки, после чего прикатывают валиком, делая пять проходов «вперед — назад» (всего 10 проходов).

3.6.3. Проведение испытания в течение 500 ч при 40°C . Образцы укладывают на решетку эксикатора, на дне которого находится слой

ваты, смоченной водой. Нагрев образцов (облучение) осуществляют при помощи лампы, установленной на расстоянии 20—25 см от образцов. Периодически (через каждый час) образцы, не вынимая из эксикатора, опрыскивают водой (60—70 мл) из пульверизатора. По истечении 500 ч визуально проверяют качество табличек, сравнивая их с контрольным образцом. Изменение оттенка фона испытуемых образцов должно быть незначительным, текст должен оставаться четким.

3.6.4. Проведение испытаний в течение 100 ч при 40 °С и влажности 100%. Образцы укладывают на решетку эксикатора, на дне которого находится слой ваты, смоченной водой, закрывают эксикатор крышкой и помещают в термощаф, где поддерживают температуру 40 ± 3 °С. По истечении 100 ч визуально проверяют качество табличек, сравнивая их с контрольным образцом на соответствие п. 1.6, 6.

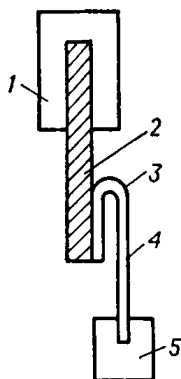

К определению прочности склеивания при отслаивании:
1 — неподвижный захват разрывной машины; 2 — металлическая пластина;
3 — образец таблички; 4 — липкая лента; 5 — подвижный захват.

Примечания: 1. Допускается проведение испытания по норме ФИАТ-ВАЗ 50451.

2. Арбитражные испытания производят по методике настоящих ТУ.

3.7. Стойкость к углеводородам определяют на трех образцах, четвертый оставляют в качестве контрольного. Тампоном из хлопчатобумажной ткани, смоченной бензином (ГОСТ 2084—67), протирают таблички пять раз. После испытания образцы визуально сравнивают с контрольным — пожелтение не допускается.

3.8. Определение морозостойкости.

3.8.1. Оборудование и материалы: прибор AS-103; ацетон технический (ГОСТ 2768—69); углекислота сухая.

3.8.2. Подготовка образцов. Испытуемые таблички приклеивают к металлической пластинке соответственно с указаниями п. 3.5. Всего подготавливают шесть образцов, один из них оставляют в качестве контрольного.

3.8.3. Проведение испытаний. Испытания проводят в приборе AS-103. Для достижения температуры -40 °С в сосуд прибора заливают ацетон и добавляют сухую углекислоту. Образцы помещают в стакан прибора, где выдерживают 6 ч при -40 °С. По окончании испытаний визуально проверяют качество табличек, сравнивая их с контрольным образцом.

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

4.1. Упаковка. Таблички одного вида по 300—500 штук обертывают полиэтиленовой и полиэтилентерефталатной пленкой или укладывают в полиэтиленовые мешки, верх которых запаивают, после чего помещают в картонные коробки.

4.2. Маркировка. В каждую коробку со стороны крышки вкладывают этикетку с указанием наименования предприятия-изготовителя, наименования предприятия-потребителя, наименования табличек и их вида, номера партии, числа изделий, массы нетто и брутто, даты изготовления, подписи аппаратчика или его номера, номера настоящих ТУ. Такую же этикетку наклеивают на коробку. На каждое тарное место несмываемой краской наносят предупредительные знаки: стрелки (верх, низ), зонт (беречь от атмосферных осадков), рюмку (не бросать).

Межзаводские перевозки осуществляются в многооборотной таре типа 1-Н-1088 (УНИПТИМАШа). На период разработки тары для межзаводских перевозок транспортировка изделий осуществляется по согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем.

Каждая партия табличек сопровождается паспортом с заключением ОТК предприятия-изготовителя, удостоверяющим соответствие табличек требованиям настоящих ТУ. В паспорте указывают наименование предприятия-изготовителя, наименование изделия и его вид, номер партии, число мест и изделий, массу нетто и брутто, дату изготовления, показатели качества табличек по проведенным испытаниям или подтверждение о соответствии партии табличек требованиям настоящих ТУ, номер настоящих ТУ.

4.3. **Транспортирование.** Таблички можно перевозить любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих сохранность табличек и тары, защиту их от атмосферных осадков и прямого солнечного света.

4.4. **Хранение.** Таблички должны храниться в упакованном виде в чистом сухом отапливаемом помещении при 15—35 °С, в условиях, не допускающих попадания пыли, влаги и посторонних веществ, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Они должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Запрещается хранение изделий совместно с кислотами и другими агрессивными веществами.

5. Гарантии поставщика

5.1. **Предприятие-изготовитель** гарантирует соответствие табличек требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ.

5.2. **Гарантийный срок хранения** — 6 месяцев со дня изготовления.

6. Указания по применению

6.1. **Перед приклеиванием** таблички поверхность окрашенного металла необходимо обезжирить.

6.2. **Для приклеивания** достаточно, сняв с липкой поверхности защитную бумагу, прижать табличку рукой.

Дополнение

Фактические данные о качестве табличек из пленки полиэтилентерефталатной приклеивающихся, выпущенных на Дорхимзаводе в 1971 г.

Инструкционные		Предупредительные		Установочные	
Прочность склеивания при отслаивании образца шириной 10 мм (в кгс/образец) после выдержки:					
24 ч при 23 °С	48 ч при 90 °С	24 ч при 23 °С	48 ч при 90 °С	24 ч при 23 °С	48 ч при 90 °С
0,40	0,60	0,40	0,60	0,40	0,53
0,50	0,53	0,40	0,53	0,40	0,53
0,49	0,58	0,40	0,53	0,49	0,58
0,49	0,58	0,40	0,53	0,49	0,58
0,41	0,50	0,41	0,50	0,44	0,55
0,45	0,50	0,45	0,64		
0,51	0,52	0,48	0,52		
0,50	0,62	0,41	0,62		
0,48	0,80	0,44	0,67		
0,56	0,59	0,40	0,60		
0,35	0,60	0,40	0,50		
0,40	0,71	0,47	0,54		
0,49	0,75	0,50	0,62		
0,41	0,51				
0,46	0,57				