

Утвержден и введен в действие Приказом и.о. Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 11-од

Дата введения 2016-02-01

1 Раздел 2 заменить ссылку на стандарт «ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» на «ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

2 Подпункт 5.2.1.1 изложить в новой редакции:

«5.2.1.1 Форма и основные (контролируемые) размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать приведенным на рисунке 1 и в таблице 2.

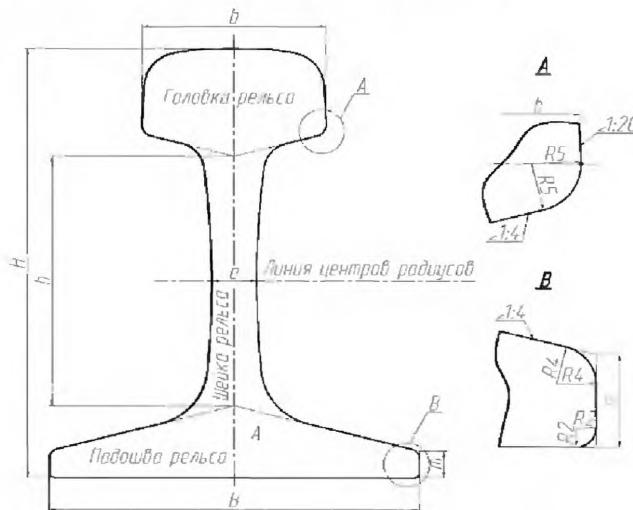


Рисунок 1 – Основные размеры поперечного сечения рельса

3 В таблице 2 строке 4 значения «ширины головки» заменить для рельс P50 «72» на «71,6», для рельс P65, P75 «75,0» заменить на «74,6»

4 В таблице 3 строке 7 «ширина подошвы» в последнем столбце «+1,5» заменить на «+1,0» и «1,0» заменить на «-1,5».

5 В таблице 3 строке 9 в последнем столбце «+0,75» заменить на «+0,8»

6 Подпункт 5.2.6 изложить в новой редакции:

«5.2.6 Скручивание рельсов

Скручивание рельсов:

- длиной менее 18,00 м - не более 1,25 мм;
- длиной от 18,00 до 24,84 м включительно – не более 2,0 мм;
- длиной свыше 24,84 м – не более 2,5 мм.

Скручивание концов рельсов на длине 1 м не должно превышать: для рельсов типа Р50 – 0,4 мм, для рельсов типов Р65, Р65К и Р75 – 0,5 мм.

Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, размеров и расположения болтовых отверстий приведены в приложении Е.».

7 Пункт 5.4.3 изложить в новой редакции:

«5.4.3 Предельные отклонения химического состава рельсов, для элементов, не являющихся остаточными, указаны в таблице 7.

Таблица 7 – Пределные отклонения химического состава рельсов, не более.
В процентах

Углерод	Марганец	Кремний	Ванадий	Хром	Азот	Фосфор	Сера	Алюминий
+0,02	+0,05	+0,02	+0,02	+0,02	+0,005	+0,005	+0,005	+0,001

».

8 В пункте 5.4.5 после слов «оксидных включениях ...» добавить «для рельсов специального назначения» и далее по тексту

9 Подпункт 5.6.1 после слов «в соответствии с приложением Ж» дополнить словами «или методикой завода изготовителя».

10 Пункт 5.8 исключить из таблицы 11 примечание 2.

11 Подпункт 5.12.1 дополнить абзацем:

«Идентификацию бейнитной составляющей проводят визуально на основе характерных морфологических признаков или методом сравнения с соответствующим атласом микроструктур завода изготовителя».

12 Подпункт 5.13.2 добавить перечисление д):

«д) расположение каждого участка рельса длиной, кратной 12,5 или 25 метров, в раскате латинскими буквами (A, B, ..., Y)».

13 Подпункт 5.13.6 изложить в новой редакции:

«5.13.6 Маркировка знаком обращения продукции на рынке

Рельсы, соответствующие требованиям технических регламентов, дополнительно маркируют знаком обращения на рынке способами, исключающими образование концентраторов напряжений в рельсах».

14 Пункт 5.14 изложить в новой редакции:

«5.14 Магнитная индукция

Максимальное значение магнитной индукции на поверхности катания головки рельса не должно превышать 0,7 мТл. При превышении указанного нормативного значения магнитной индукции рельсы подлежат обязательному размагничиванию. По согласованию с потребителем допускается размагничивание рельсов до начала их эксплуатации. Данная норма начинает действовать через 2 года после даты введения данного изменения».

15 Подпункт 6.1.1 первый абзац изложить в новой редакции:

«6.1.1 Испытания для проверки соответствия рельсов требованиям, установленным в 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3 (при наличии отверстий), 5.2.4–5.2.6, 5.4.1–5.4.4, 5.5–5.13, 5.15 проводят на этапе освоения производства на рельсах опытной партии. По согласованию с владельцем инфраструктуры может производиться гамма-процентная наработка пропущенного тоннажа на подконтрольных участках магистральной сети или на полигоне. Объем наработки пропущенного тоннажа по рельсам определяет владелец инфраструктуры».

16 Подпункт 6.1.2 изложить в новой редакции:

«6.1.2 Для проверки соответствия рельсов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по 6.2 и периодические испытания по 6.5».

17 Заменить нумерацию подпунктов «6.1.5» на «6.1.3», «6.1.3» на «6.1.4», «6.1.4» на «6.1.5».

18 Подпункт 6.1.5 изложить в новой редакции:

«6.1.5 Испытания для подтверждения требованиям технических регламентов, установленным в 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.5–5.2.6, 5.3.6, 5.4.1–5.4.4, 5.5–5.15, проводят на рельсах Р65 классов прочности 300, 320, 350, 370 и результаты распространяют на рельсы других типов и категорий в рамках одного предприятия-изготовителя с учетом способа термоупрочнения».

19 Таблицу 15 изложить в новой редакции:

Таблица 15 – Приемо-сдаточные испытания рельсов

Показатель качества рельсов	Периодичность испытаний				Объем выборки	
	Нетермоупрочненные		Термоупрочненные дифференцированно			
	Рельсы специального назначения	Рельсы общего назначения	Рельсы специального назначения	Рельсы общего назначения		
Химический состав стали (5.4.1, 5.4.2)	каждая плавка				одна ковшовая пробы	
Массовая доля водорода в жидкой стали (5.3.6)	каждая плавка				одно измерение*	
Массовая доля общего кислорода** (5.4.4)	каждая плавка	первая и последняя плавка из серии	каждая плавка	первая и последняя плавка из серии	один образец	
Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях** (5.4.5)	последняя плавка из серии	-	последняя плавка из серии	-	один образец	
Загрязненность неметаллическими включениями** (5.5)	последняя плавка из серии				два образца из одной пробы от каждого ручья	
Макроструктура* * (5.6)	первая плавка из серии				по одному темплету от каждого ручья	
Механические свойства при растяжении (5.8)	последняя плавка из серии				один образец	
Ударная вязкость (5.8)			каждая плавка		два образца из одной пробы	

Окончание таблицы 15

Показатель качества рельсов	Периодичность испытаний				Объем выборки				
	Нетермоупрочненные		Термоупрочненные дифференцированно						
	Рельсы специального назначения	Рельсы общего назначения	Рельсы специального назначения	Рельсы общего назначения					
Копровая прочность (5.10)	каждая плавка	последняя плавка из серии	каждая плавка	последняя плавка из серии	одна проба				
Твердость на поверхности катания головки (5.9.1)	каждая плавка				одна проба				
Твердость по поперечному сечению рельса (5.9.2)	каждая плавка	—	каждая плавка	последняя плавка из серии	одна проба				
Разность значений твердости на поверхности катания по длине рельса (5.9.3)	не реже одного раза за 8 ч	—	не реже одного раза за 8 ч	не реже одного раза в сутки	в трех местах				
Остаточные напряжения в шейке рельсов (5.11)	не реже одного раза за 8 ч		не реже одного раза за 8 ч	не реже одного раза в сутки	одна проба				
Микроструктура (5.12.1)	каждая плавка	одна плавка из серии	каждая плавка	одна плавка из серии	один образец				
Глубина обезуглероженного слоя (5.12.2)**	каждая плавка	одна плавка из серии	каждая плавка	одна плавка из серии	три образца из одной пробы				
Маркировка (5.13)	каждая плавка				каждый рельс				
<p>Примечание – Допускается для рельсов общего назначения нетермоупрочненных (за исключением поставляемых метрополитенам) проводить испытания на растяжение выборочно (для каждой 20-й плавки) с расчетной оценкой механических свойств остальных плавок регрессионным анализом. В европейской стандартизации [1] испытания проводят аналогично.</p>									
<p>* На первой плавке в серии проводят два измерения. ** Результаты испытаний, полученные на нетермоупрочненных рельсах, распространяются на рельсы, подвергнутые в дальнейшем термоупрочнению.</p>									

».

20 Подпункт 6.2.8 первый абзац после слов «маркировки (см. 5.13)» исключить слова «и индукции магнитного поля на поверхности катания головки рельса (см. 5.14) проводят на каждом рельсе».

21 Подпункт 6.3.1 первый абзац изложить в новой редакции:

«6.3.1 Отбор проб для определения химического состава стали (см. 5.3.6–5.4.4) по ГОСТ 7565. Пробы для определения химического состава стали (см. 5.4.1, 5.4.2) отбирают в середине разливки каждой плавки из промежуточного ковша (ковшовая проба)».

22 Подпункт 6.3.4 изложить в новой редакции:

«6.3.4 Пробы для контроля макроструктуры (см. 5.6.1) отбирают от передних концов рельсов с индексом «А», прокатанных из первой заготовки каждого ручья, или от прилегающей технологической обрези.

Для повторного контроля макроструктуры пробы отбирают от противоположных концов контрольного рельса, показавшего неудовлетворительные результаты, или от прилегающих концов смежных контрольному рельсов.

23 Подпункт 6.3.5 изложить в новой редакции:

«6.3.5 Пробы для определения механических свойств при растяжении, ударной вязкости (см. 5.8), массовой доли общего кислорода (см. 5.4.4) и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.5) отбирают от любого конца контрольного рельса.

Допускается при изготовлении рельсов длиной 120 м отбор проб производить от любого контрольного рельса с переднего или заднего конца.

Допускается в качестве заготовок образцов для анализа кислорода (см. 5.4.4, 5.4.5) использовать части разрушенных образцов, испытанных на растяжение (см. 5.8).

Допускается проводить отбор заготовок проб для определения массовой доли общего кислорода и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.4, 5.4.5) при помощи пил горячей резки.»

24 Подпункт 6.3.6 первый абзац изложить в новой редакции:

«6.3.6 Пробы для контроля копровой прочности (см. 5.10), остаточных напряжений в шейке (см. 5.11) отбирают от любого рельса плавки способом холодной механической резки после правки на роликоправильной машине».

25 Подпункт 6.3.8 изложить в новой редакции:

«6.3.8 Пробы для контроля загрязненности рельсов неметаллическими включениями (см. 5.5) отбирают от задних концов рельсов с индексом «Y», прокатанных из последней заготовки каждого ручья».

26 Подпункт 6.3.10 изложить в новой редакции:

«6.3.10 Пробы для контроля глубины обезуглероженного слоя (см. 5.12.2) допускается отбирать на пилах горячей резки».

27 Подпункт 6.3.11 изложить в новой редакции:

«6.3.11 Контроль маркировки (см. 5.13) выполняют на каждом рельсе каждой плавки».

28 Подпункт 6.3.15 изложить в новой редакции:

«6.3.15 Пробу для определения остаточных напряжений в шейке (см. 5.11) отбирают на расстоянии не менее 3 м от торца контрольного рельса».

29 Подпункт 6.3.16 исключить.

30 Подпункт 6.4.2 второй абзац дополнить предложением:

«При отсутствии других несоответствий рельсы указанной плавки допускается переводить в категорию общего применения».

31 Подпункт 6.4.4 изложить в новой редакции:

«6.4.4 В случае отрицательных результатов первичного контроля макроструктуры контрольного рельса его признают не соответствующим требованиям настоящего стандарта и проводят повторный контроль макроструктуры на двух, следующих за контрольным, рельсах, разлитых по тому же ручью.

В случае отрицательных результатов повторного контроля проводят поштучный контроль и рассортировку всех рельсов плавки, разлитых по тому же ручью, что и контрольный рельс, показавший неудовлетворительные результаты контроля макроструктуры. Последующий контроль макроструктуры рельсов проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырех подряд подвергнутых контролю плавок не обнаруживаются недопустимые дефекты макроструктуры».

32 Подпункт 6.4.6 первый абзац изложить в новой редакции:

«При отрицательных результатах определения твердости на поверхности катания или по поперечному сечению проводят повторное определение твердости на удвоенном количестве проб, отобранных от двух рельсов, следующих за контрольным, или на том же контрольном рельсе с удвоенным количеством измерений».

33 Подпункт 6.4.8 первый абзац изложить в новой редакции:

«В случае получения при приемо-сдаточных испытаниях на растяжение, ударный изгиб или копровых испытаниях отрицательного результата проводят повторные испытания того вида, по которому получен отрицательный результат, на удвоенном количестве образцов (проб), отобранных от двух рельсов, следующих за контрольным, или на том же рельсе».

34 Подпункт 6.4.9 изложить в новой редакции:

«6.4.9 При отрицательных результатах определения микроструктуры или глубины обезуглероженного слоя проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, отобранных от двух рельсов, следующих за контрольным, или на том же контрольном рельсе с удвоенным количеством испытаний.

При отрицательных результатах повторного контроля микроструктуры или глубины обезуглероженного слоя контролируемая плавка бракуется, а контроль рельсов проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырех подряд прокатанных или термически упрочненных и подвергнутых контролю плавок этот показатель удовлетворяет требованиям настоящего стандарта».

6.5 Периодические испытания

35 Пункт 6.5 изложить в новой редакции:

«Испытания по проверке выполнения требований п. 5.14–5.15 проводят не реже одного раза в три года. Для испытаний по 5.14–5.15 отбирают 2 рельса от плавок прошедших приемо-сдаточные испытания за период не более 10 суток.

Допускается проводить испытания по 5.14 непосредственно у потребителя, для чего отбирают 2 рельса от наличия не менее 10 рельсов от последней поставленной партии.

Пробы и образцы для испытаний согласно 5.15 следует отбирать:

- для оценки предела выносливости рельса (см. 5.15.1) – не менее 6 проб;
- для оценки циклической трещиностойкости (см. 5.15.4) – не менее 5 проб;
- для оценки скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3) – по 2 образца (не менее);
- для испытания циклической долговечности (см. 5.15.2) и статической трещиностойкости (см. 5.15.5) – по 3 образца (не менее);
- для оценки остаточных напряжений в средней части подошвы рельса (см. 5.15.6) – по 1 пробе».

36 Пункт 6.6 изложить в новой редакции:

«6.6 Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов

6.6.1 В целях подтверждения соответствия требованиям технических регламентов проводят испытания для проверки выполнения требований 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.3 (при наличии отверстий), 5.2.4–5.2.6, 5.4.1–5.4.4, 5.5, 5.6.1, 5.7–5.13, 5.15.

6.6.2 Отбор не менее 6 рельсов для испытаний проводят от плавок, прошедших приемо-сдаточные испытания за период не более 10 суток.

6.6.3 Испытания по проверке выполнения требований формы и основным размерам поперечного сечения рельсов (см. 5.2.1.1), вогнутости подошвы рельса (см. 5.2.1.2), болтовым отверстиями (см. 5.2.3 при наличии отверстий), перпендикулярности торцов рельса (см. 5.2.4), прямолинейности рельсов (см. 5.2.5), скручивания рельсов (см. 5.2.6), качеству поверхности (см. 5.7), маркировке (см. 5.13) проводят на не менее 6 рельсах.

6.6.4 Испытания по проверке выполнения требований обеспечения химического состава стали (см. 5.4.1), массовой доле остаточных элементов в стали (см. 5.4.2), предельным

отклонениями от химического состава стали (см. 5.4.3) и массовой доле общего кислорода в стали (см. 5.4.4) проводят на одном образце, вырезанном из одного случайно отобранного рельса от не менее 6 рельсов.

6.6.5 Испытания по проверке выполнения требований по обеспечению загрязненности стали неметаллическими включениями (см. 5.5), внутренним дефектам и дефектам макроструктуры (см. 5.6.1), механическим свойствам (см. 5.8), твердости по сечению и длине рельса (см. 5.9), микроструктуре (см. 5.12), циклической долговечности (см. 5.15.2), скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3), статической трещиностойкости (см. 5.15.5) проводят на образцах, изготовленных из одного рельса, случайно отобранного от не менее 6 рельсов. Для оценки неметаллических включений (см. 5.5) и испытания механических свойств (см. 5.8) изготавливают и испытывают по 6 образцов, для оценки внутренних дефектов и дефектов макроструктуры (см. 5.6.1) – по 2 образца, для оценки скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3) – по 2 образца (не менее), для испытания на твердость по сечению и длине рельса (см. 5.9) и оценки микроструктуры (см. 5.12) – по 3 образца, для испытания циклической долговечности (см. 5.15.2) и статической трещиностойкости (см. 5.15.5) – по 3 образца (не менее).

6.6.6 Испытания по проверке выполнения требований по копровой прочности рельса (см. 5.10), остаточным напряжениями в шейке рельса (см. 5.11), пределу выносливости рельса (см. 5.15.1), циклической трещиностойкости (см. 5.15.4), остаточным напряжениями в средней части подошвы рельса (см. 5.15.6) проводят на полнопрофильных пробах, вырезанных из одного рельса, случайно отобранного от не менее 6 рельсов, не ближе 3 м от торцов рельса. Для копровых испытаний (см. 5.10) вырезают и испытывают 3 пробы, для оценки остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) и остаточных напряжений в средней части подошвы рельса (см. 5.15.6) – по 1 пробе, для оценки предела выносливости рельса (см. 5.15.1) – не менее 6 проб, для оценки циклической трещиностойкости (см. 5.15.4) – не менее 5 проб..

37 Раздел 7 «Методы контроля» СТ РК 2432 – 2013 перед пунктом 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью утверждения типа или метрологической аттестации и поверке, испытательное оборудование подлежит аттестации в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов области обеспечения единства измерений Республики Казахстан».

37.1 В пункте 7.6 «Контроль отклонения рельса от прямолинейности» первый абзац исключить.

38 Подпункт 7.11.2 после слов «в соответствии с Приложением Ж» дополнить словами «или по методике завода – изготовителя».

39 Пункт 7.15 ссылку на пункт «5.9» заменить на «5.10».

40 Подпункт 7.20.1.1 изложить в новой редакции:

«7.20.1.1 Определение предела выносливости (см. 5.15) рельсов проводят методом циклического нагружения путем испытаний полнопрофильных проб длиной (1200±10) мм, вырезанных из рельсов методами холодной механической резки. Схема нагружения плоский трехточечный симметричный изгиб. Расстояние между нижними опорами (1000±5) мм. Верхний пuhanсон устанавливают посередине между опорами – (500±5) мм. Пробы испытывают при мягком нагружении (управление по усилию) в положении рельса «головкой вниз» при асимметрии цикла нагружения плюс 0,1. База испытаний – 2 млн циклов.

От каждого рельса должно быть испытано не менее шести проб (образцов)».

41 Подпункт 7.20.1.3 изложить в новой редакции:

«7.20.1.3 Испытания проб по определению предела выносливости проводят на испытательной машине (испытательном оборудовании), способной обеспечить максимальную нагрузку цикла нагружения, равную 1000 кН, при максимальной относительной погрешности ± 2 % и частоту нагружения не более 20 Гц при максимальной относительной погрешности ± 2 %.

Величина нагрузки, действующей на образец, во время его испытания должна циклически меняться от максимального значения, выбранного в соответствии с назначением испытуемых рельсов, до минимального при асимметрии цикла нагружения плюс 0,1. В течение испытаний каждого образца выбранный для него режим нагружения должен поддерживаться постоянным.

Испытания проводят на испытательном оборудовании с гидропульсаторной или электрогидравлической силонагружающей установкой, оборудованной силонизмерителем с ценой деления не более ≤ 1 кН и счетчиком числа циклов».

42 Подпункт 7.20.2.1 в примечании «[1]» заменить на «[3]»

43 Рисунок 11 в примечании «[1]» заменить на «[3]»

44 Подпункт 7.20.5.1 в примечании «[1]» заменить на «[3]»

45 Подпункт 7.20.6 в примечании «[2]» заменить на «[4]»

46 Абзац 10 пункта 8.3 изложить в новой редакции «максимальное значение магнитной индукции рельсов, определенное при периодических испытаниях»:

«8.3 Отгружаемая партия рельсов должна сопровождаться паспортом по ГОСТ 2.601, содержащим:

- наименование или условное обозначение предприятия-изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта;

- тип рельсов;

- категорию рельсов;

- класс точности изготовления профиля рельсов;

- класс прямолинейности рельсов;

- класс качества поверхности рельсов;

- марку стали;

- максимальное значение магнитной индукции рельсов, определенное при периодических испытаниях;

- описание маркировки рельсов красками;

- количество рельсов с указанием длины, массы и номеров плавок;

- результаты приемо-сдаточных испытаний;

- дату оформления паспорта;

- номер вагона или другого транспортного средства;

- наименование и адрес покупателя;

- номер заказа (договора);

- сведения о подтверждении соответствия».

47 Приложение А изложить в новой редакции:

**«Приложение А
(информационное)»**

**Рекомендуемые сферы рационального применения
рельсов различных категорий**

Таблица А.1 - Рекомендуемые сферы применения рельсов различных категорий

Категории рельсов	Сфера применения
ДТ370ИК	С осевой нагрузкой до 27 тн/ось для тяжеловесного движения при грузонапряженности более 50 млн т км брутто/км в год без ограничений по плану пути. Кривые радиусом менее 1200 метров при любой грузонапряженности и осевой нагрузке до 27 т/ось. При скоростях движения до 140 км/ч.
ДТ350*	С осевой нагрузкой до 25 т/ось. Прямые и кривые радиусом 1200 метров и более при любой грузонапряженности. При скоростях движения до 140 км/ч.
ДТ350НН	В условиях холодного и умеренно холодного климата (по ГОСТ 16350). С осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. При скоростях движения до 140 км/ч.
ДТ350СС	При скоростном совмещенном движении. Скорость движения пассажирских поездов 141-250 км/ч и грузовое движение с осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые.
ДТ320ВС	При движении высокоскоростных пассажирских поездов и специальных контейнерных поездов. Скорость движения пассажирских поездов более 200 км/ч с осевой нагрузкой до 25 т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые.
ДТ320ВС	При движении высокоскоростных пассажирских поездов. Скорость движения пассажирских поездов более 200 км/ч с осевой нагрузкой до 20т/ось при любой грузонапряженности. Прямые и пологие кривые.
Н320	Метрополитены. Железнодорожные пути с грузонапряженность до 50 млн т км брутто/км в год. Прямые участки пути. Осевая нагрузка до 25 т/ось.
Н300	Стрелочные переводы. Метрополитены
Н260	Стрелочные переводы. Метрополитены

* Использование рельсов прямолинейности класса С при скоростях движения не более 140 км/ч.

48 Приложение Е в таблицу Е.2 добавить номер рисунка Е.17 и заменить рисунки Е.1, Е2, Е.3, Е.4, Е.5, Е.11, Е.12, Е.13, Е.14, Е.16, Е.17 на новые.

«Приложение Е (обязательное)

Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, размеров и расположения болтовых отверстий

E.1 Характерные точки и размеры поперечного сечения рельсов для построения шаблонов показаны на рисунках E.1 и E.2 и в таблице E.1.

E.2 Шаблоны для контроля размеров и формы рельсов и болтовых отверстий показаны на рисунках E.3 – E.17. Перечень шаблонов приведен в таблице E.2.

Примечание - На рисунках буквой Z обозначен зазор между шаблоном и характерными точками.

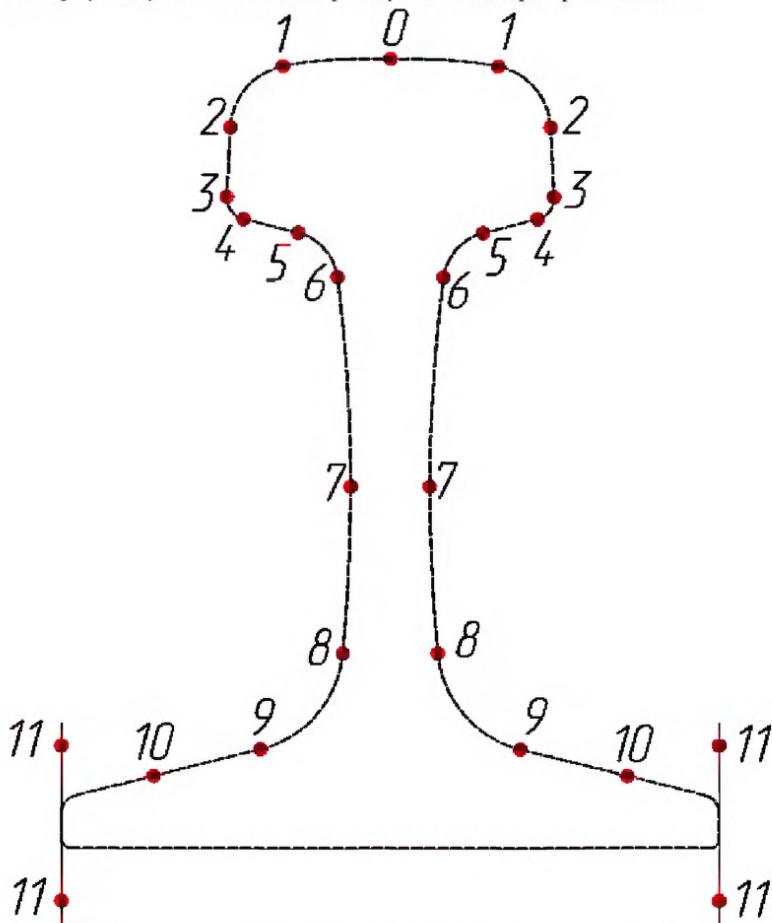


Рисунок Е.1 – Характерные точки контроля предельных отклонений
поперечного сечения рельсов

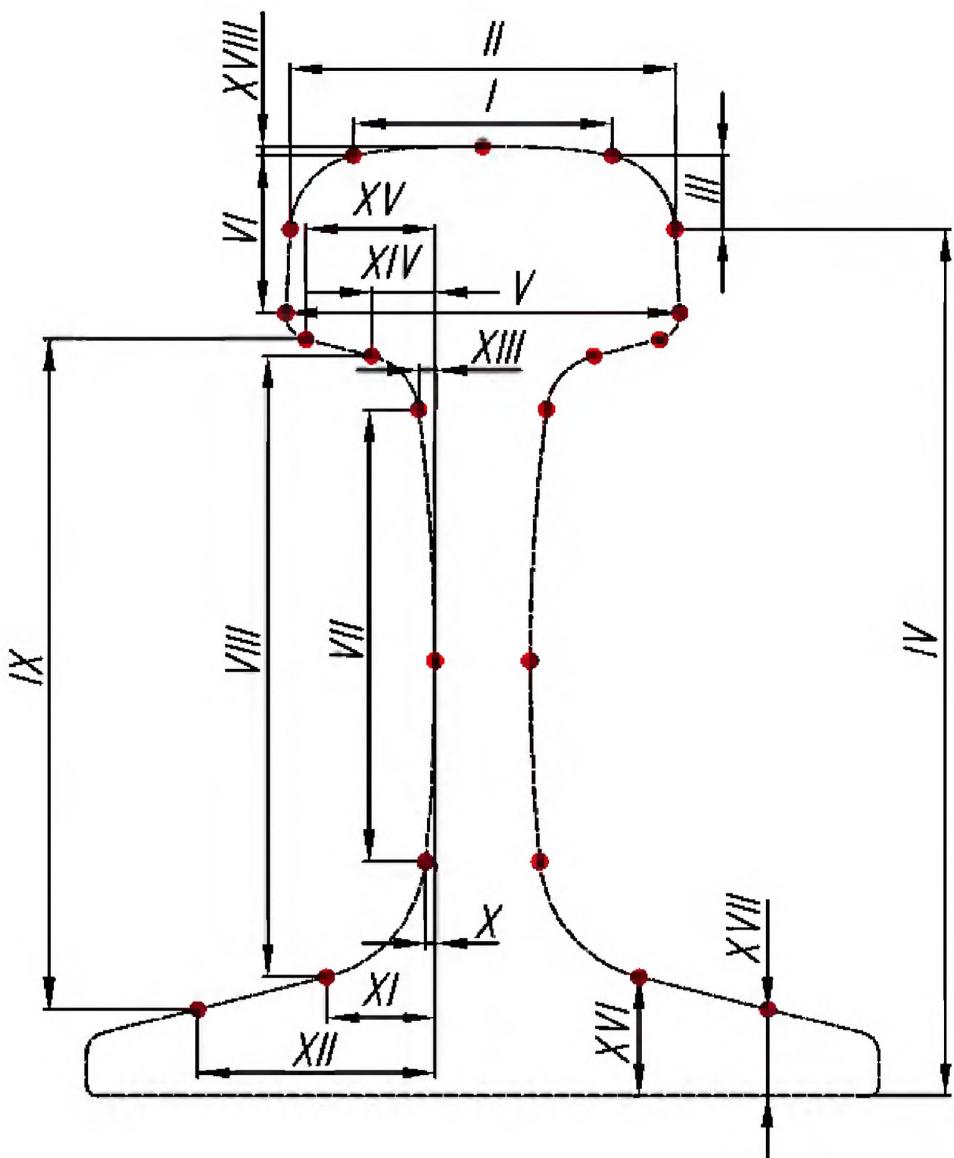


Рисунок Е.2 – Характерные размеры поперечного сечения рельсов
для построения шаблонов

Таблица Е.1 – Значения характерных размеров поперечного сечения рельсов для построения шаблонов

в миллиметрах

Обозначение размера по Рисунку Ж.2	P50	P65	P65K	P75
I	45,68	49,09	53,65	47,79
II	70,24	73,00	75,00	71,96
III	14,01	13,94	20,31	13,97
IV	136,60	164,33	156,69	176,44
V	71,59	74,59	75,00	74,59
VI	27,50	29,79	28,73	40,23
VII	67,26	85,71	85,52	85,55
VIII	93,50	117,68	117,62	117,21
IX	104,25	126,88	126,93	126,53
X	1,28	1,81	1,81	1,58
XI	16,36	20,64	20,64	20,43
XII	45,00	45,00	45,00	45,00
XIII	2,15	3,08	2,83	2,56
XIV	9,66	12,07	11,83	10,83
XV	24,01	24,51	24,71	23,51
XVI	20,91	22,59	22,59	24,69
XVII	13,75	16,50	16,50	18,55
XVIII	1,39	1,73	4,00	1,59

Таблица Е.2 – Перечень шаблонов

Номер Рисунка	Наименование шаблона
Рисунок Е.17	Шаблон контроля фаски по контуру рельса



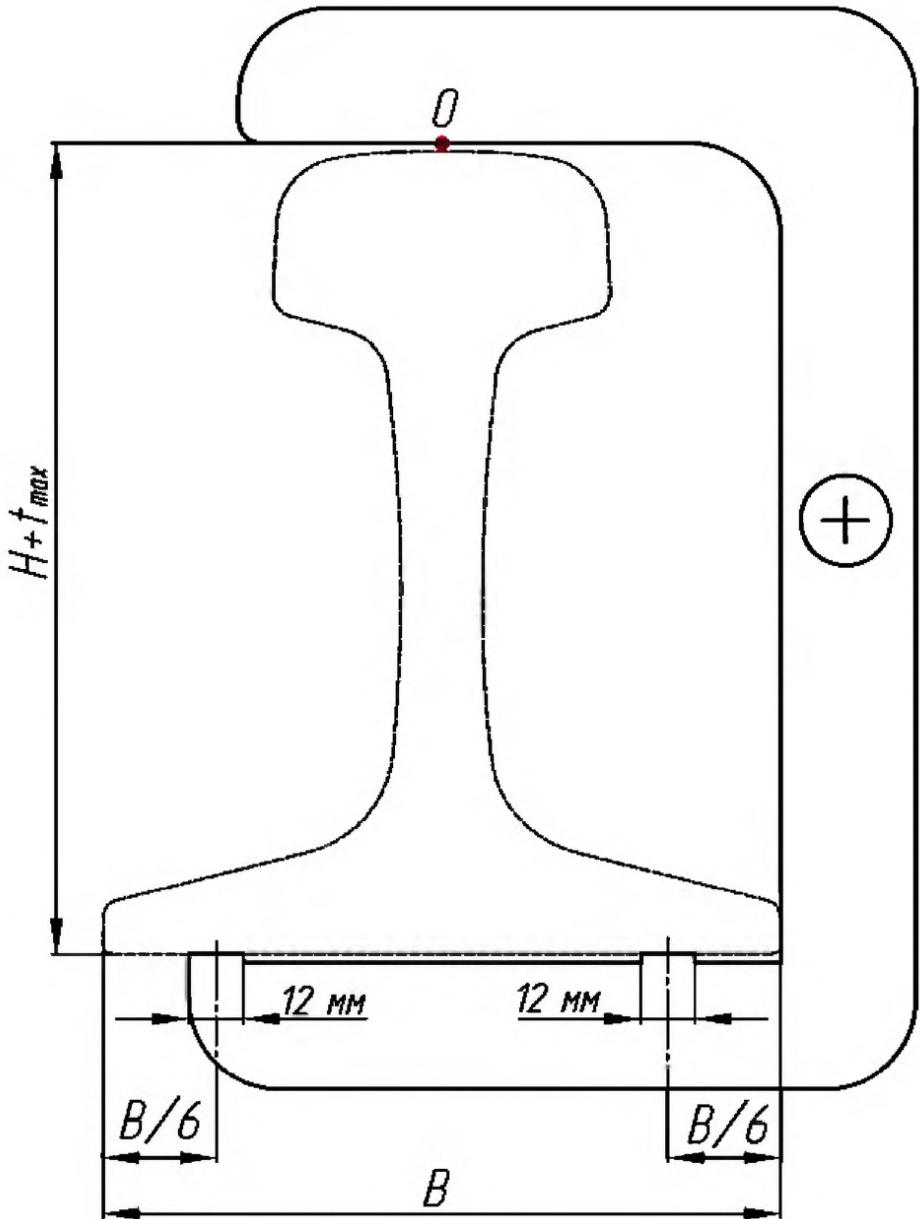


Рисунок Е.3 – Шаблоны контроля высоты рельса, Лист 1

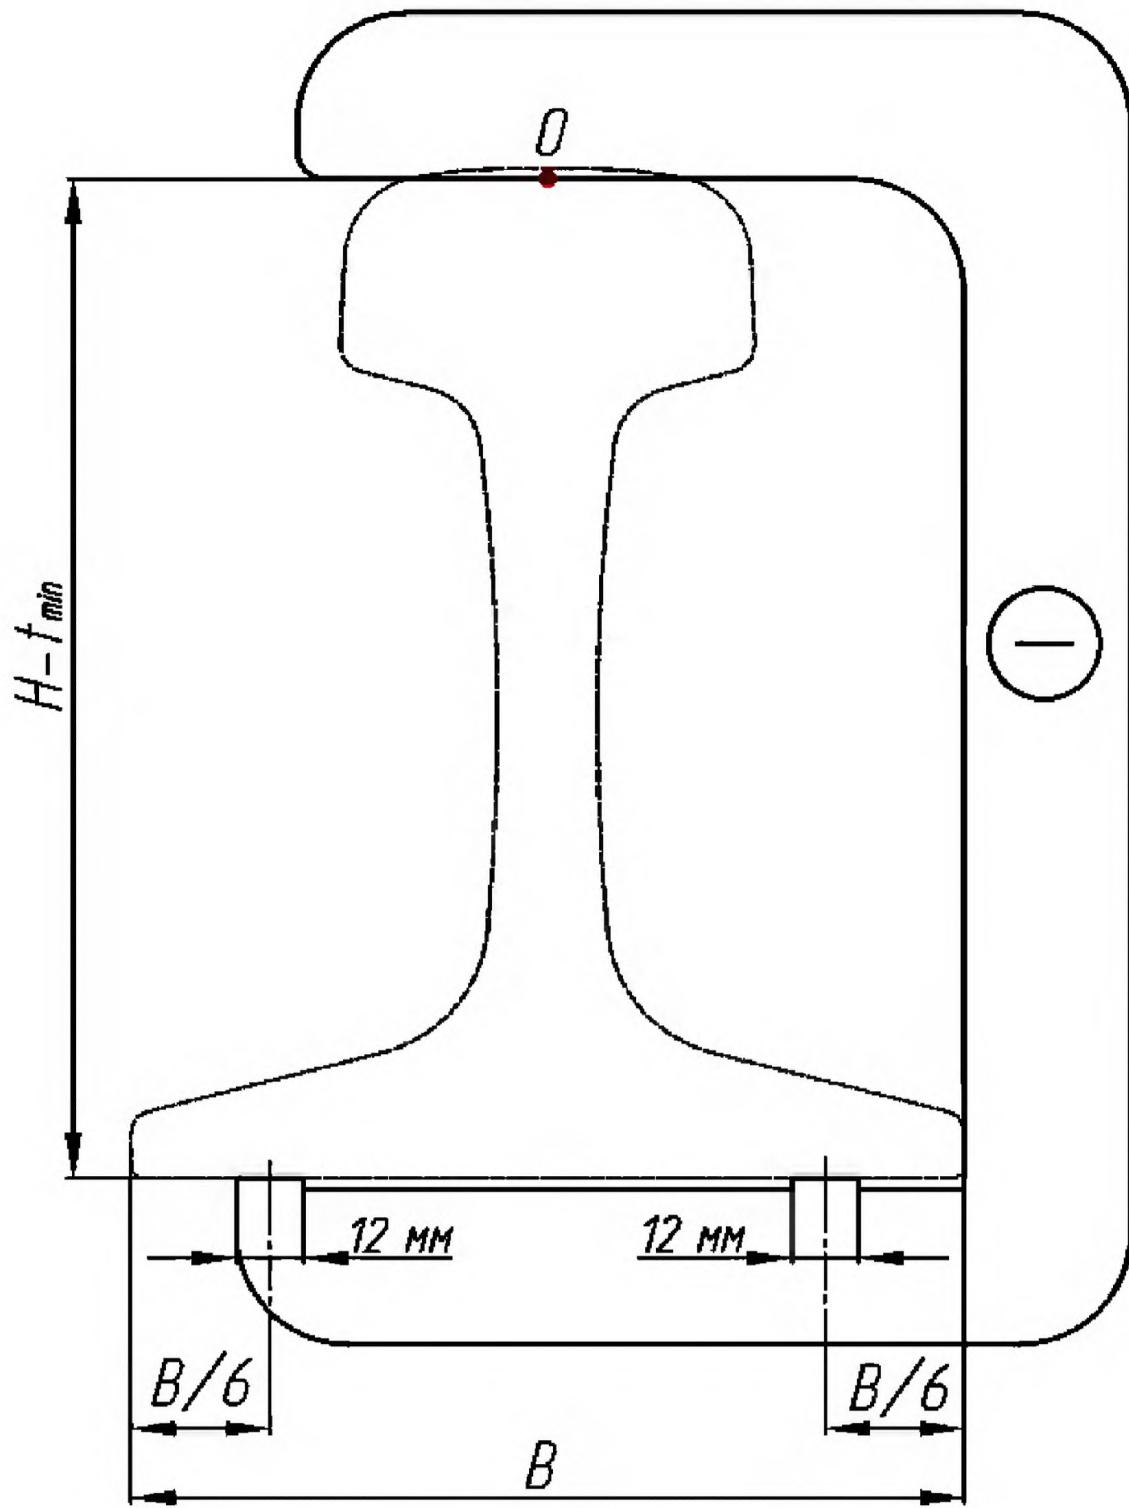

0 – точка на поверхности катания головки максимально удаленная от основания подошвы рельса;
 t_{\max}, t_{\min} – максимальный и минимальный допуски высоты рельса;
 Знак «+» обозначает, что шаблон должен проходить по высоте рельса;
 Знак «↔» обозначает, что шаблон должен проходить по высоте рельса, либо проходить без зазора.

Рисунок Е.3, лист 2

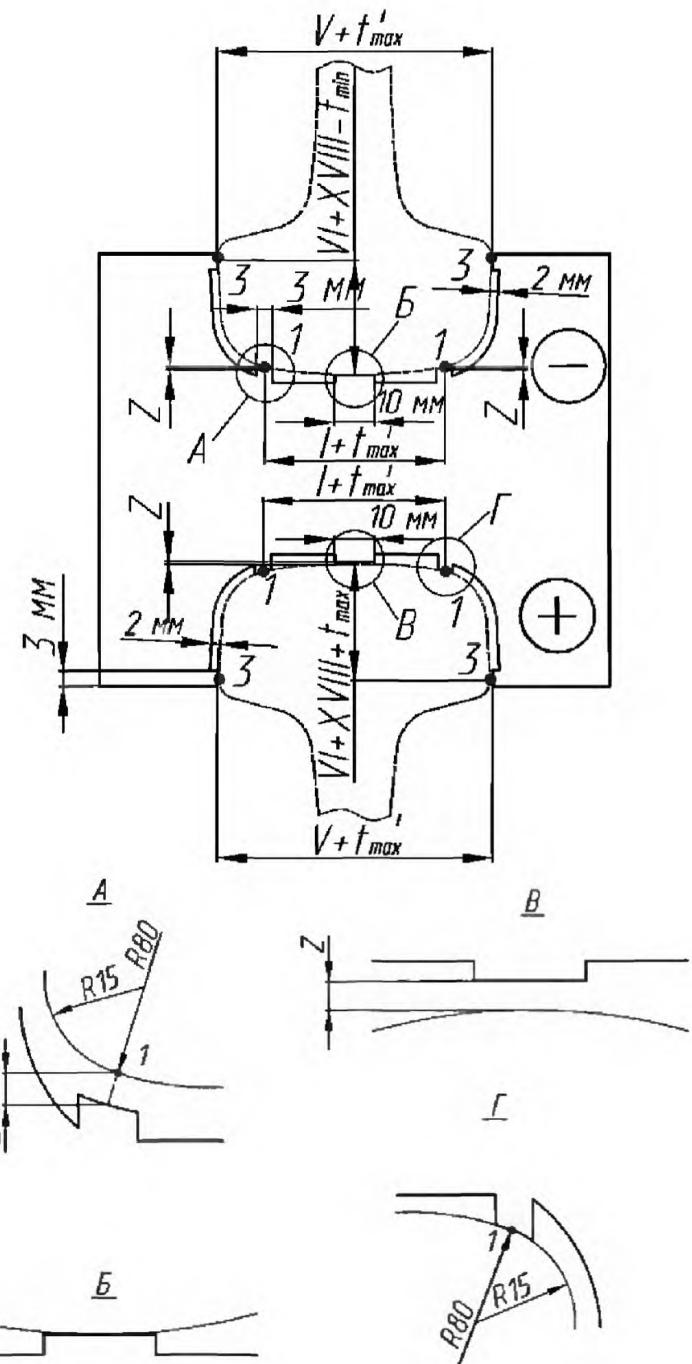


t_{max} , t_{min} – максимальный и минимальный допуски отклонения формы поверхности катания головки;

t_{3max} – максимальный допуск ширины головки рельса;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен касаться верхними выступами поверхности катания головки и не касаться центральным выступом поверхности катания головки рельса, либо касаться:

Знак «–» обозначает, что шаблон должен касаться центральным выступом поверхности катания головки и не касаться верхними выступами поверхности катания головки рельса, либо касаться.

Рисунок Е.4 – Шаблон контроля отклонения профиля поверхности катания головки рельса от номинального расположения

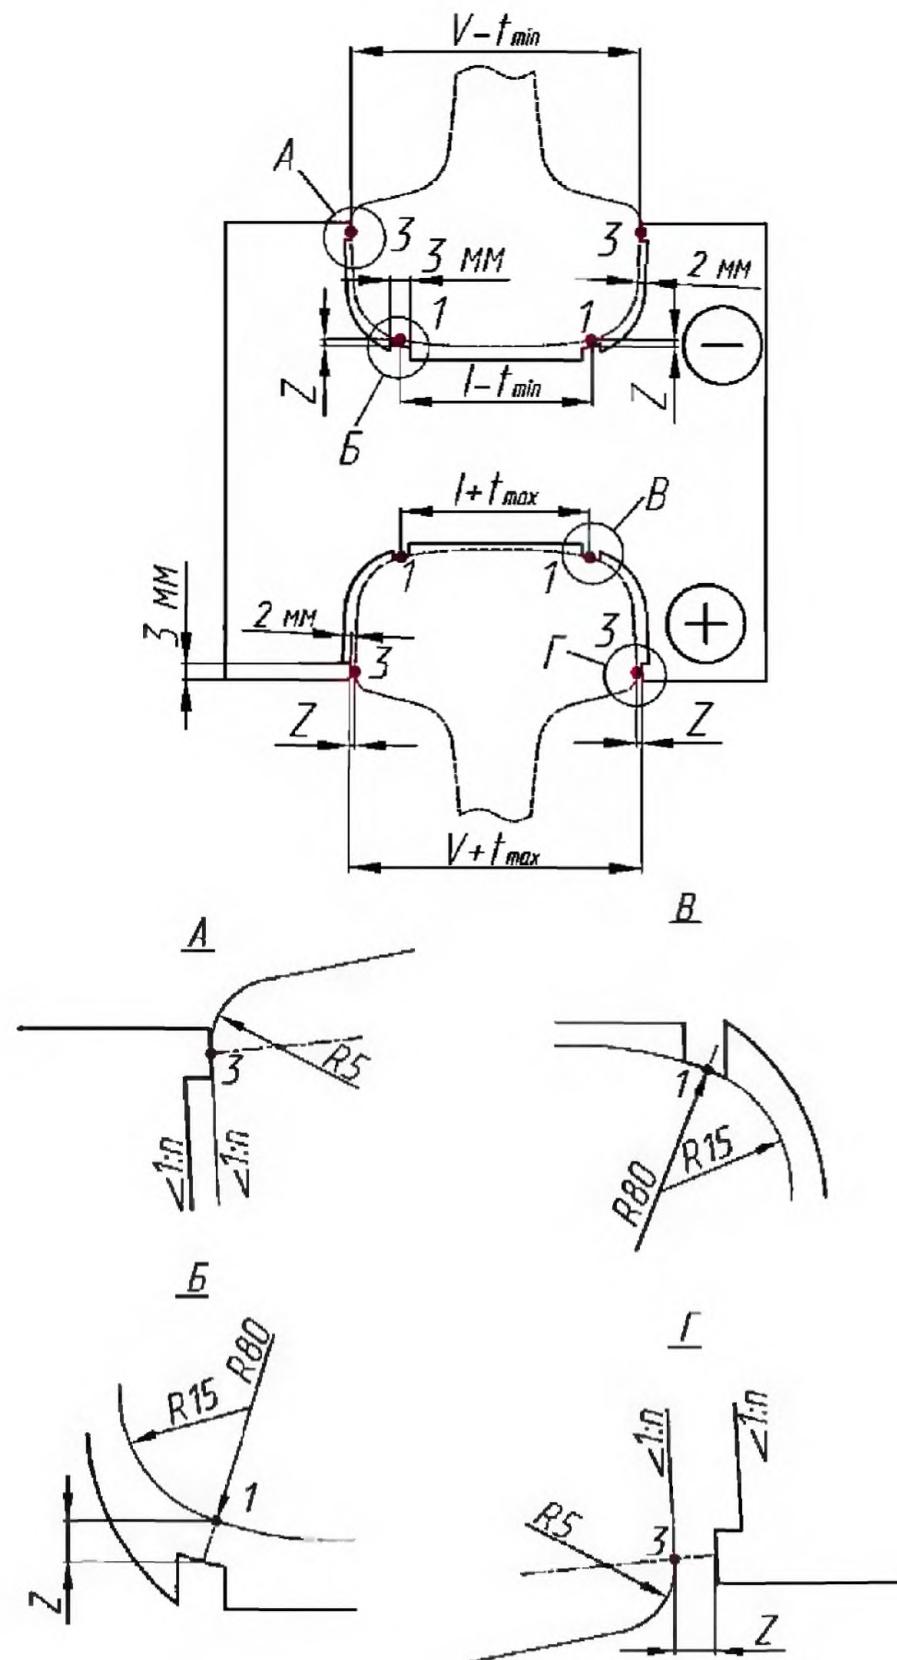


t_{\max} , t_{\min} – максимальный и минимальный допуски ширины головки рельса;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен касаться верхними выступами поверхности катания головки и не касаться нижними выступами поверхности головки рельса, либо касаться;

Знак «–» обозначает, что шаблон должен касаться нижними выступами поверхности головки и не касаться верхними выступами поверхности катания головки рельса, либо касаться.

Рисунок Е.5 – Шаблон контроля ширины головки рельса

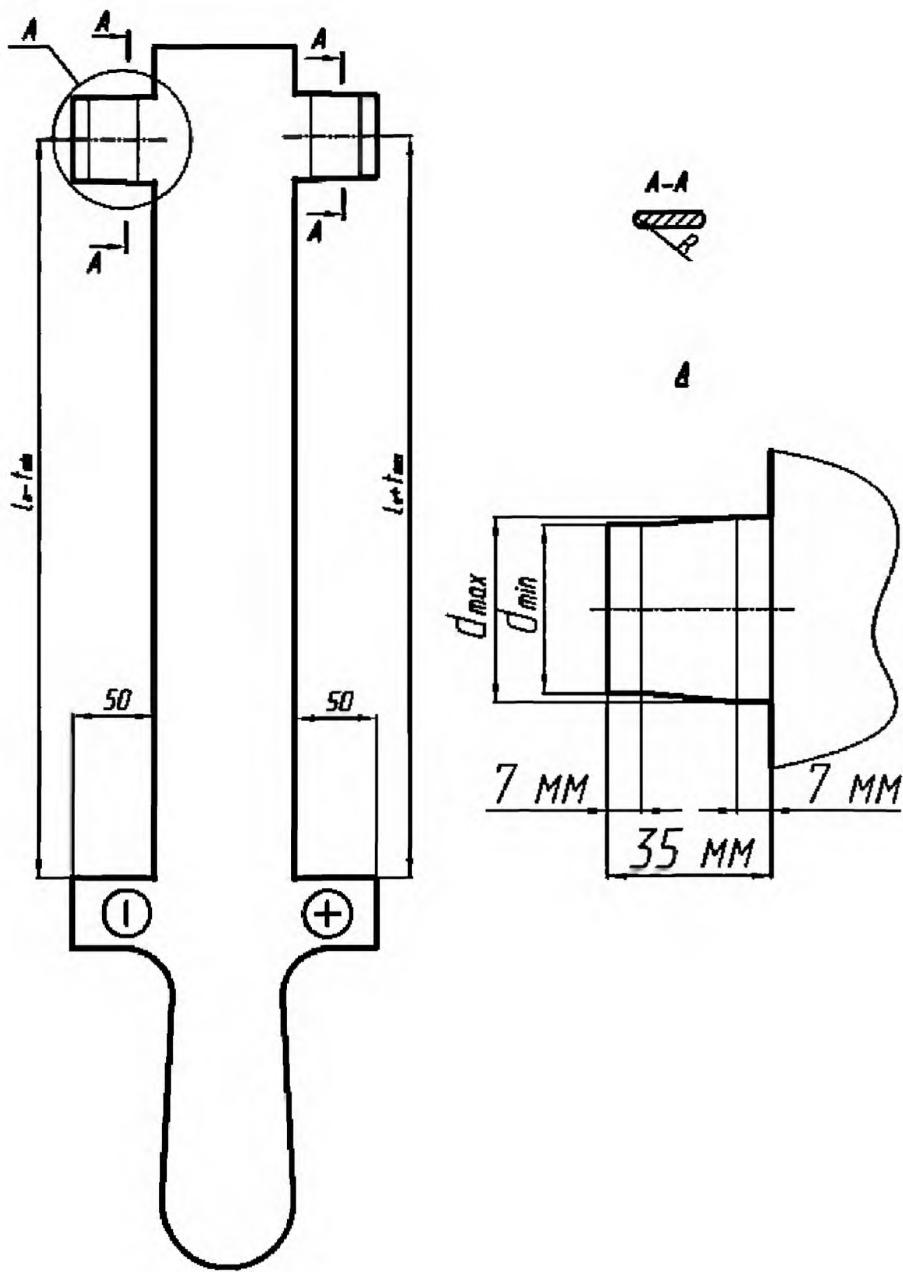

t_{\max} , t_{\min} – максимальный и минимальный допуски расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости;

п – соответствующее отверстие;

Знак «+» и «-» обозначает, что шаблон должен касаться торца рельса и проходить в отверстие или касаться внутренней части отверстия.

Рисунок Е.11 – Шаблоны контроля расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости


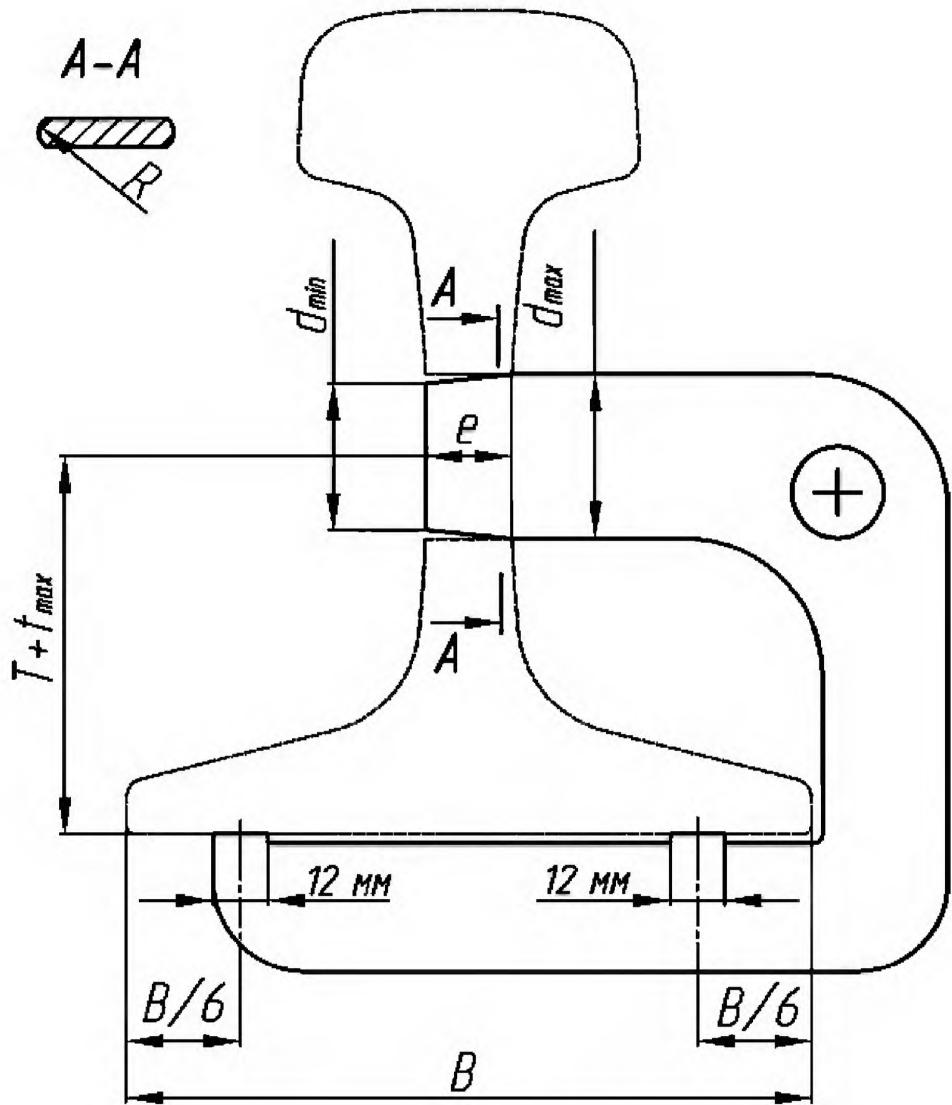



Рисунок Е.12 – Шаблоны контроля расположения болтовых отверстий
в вертикальной плоскости, Лист 1

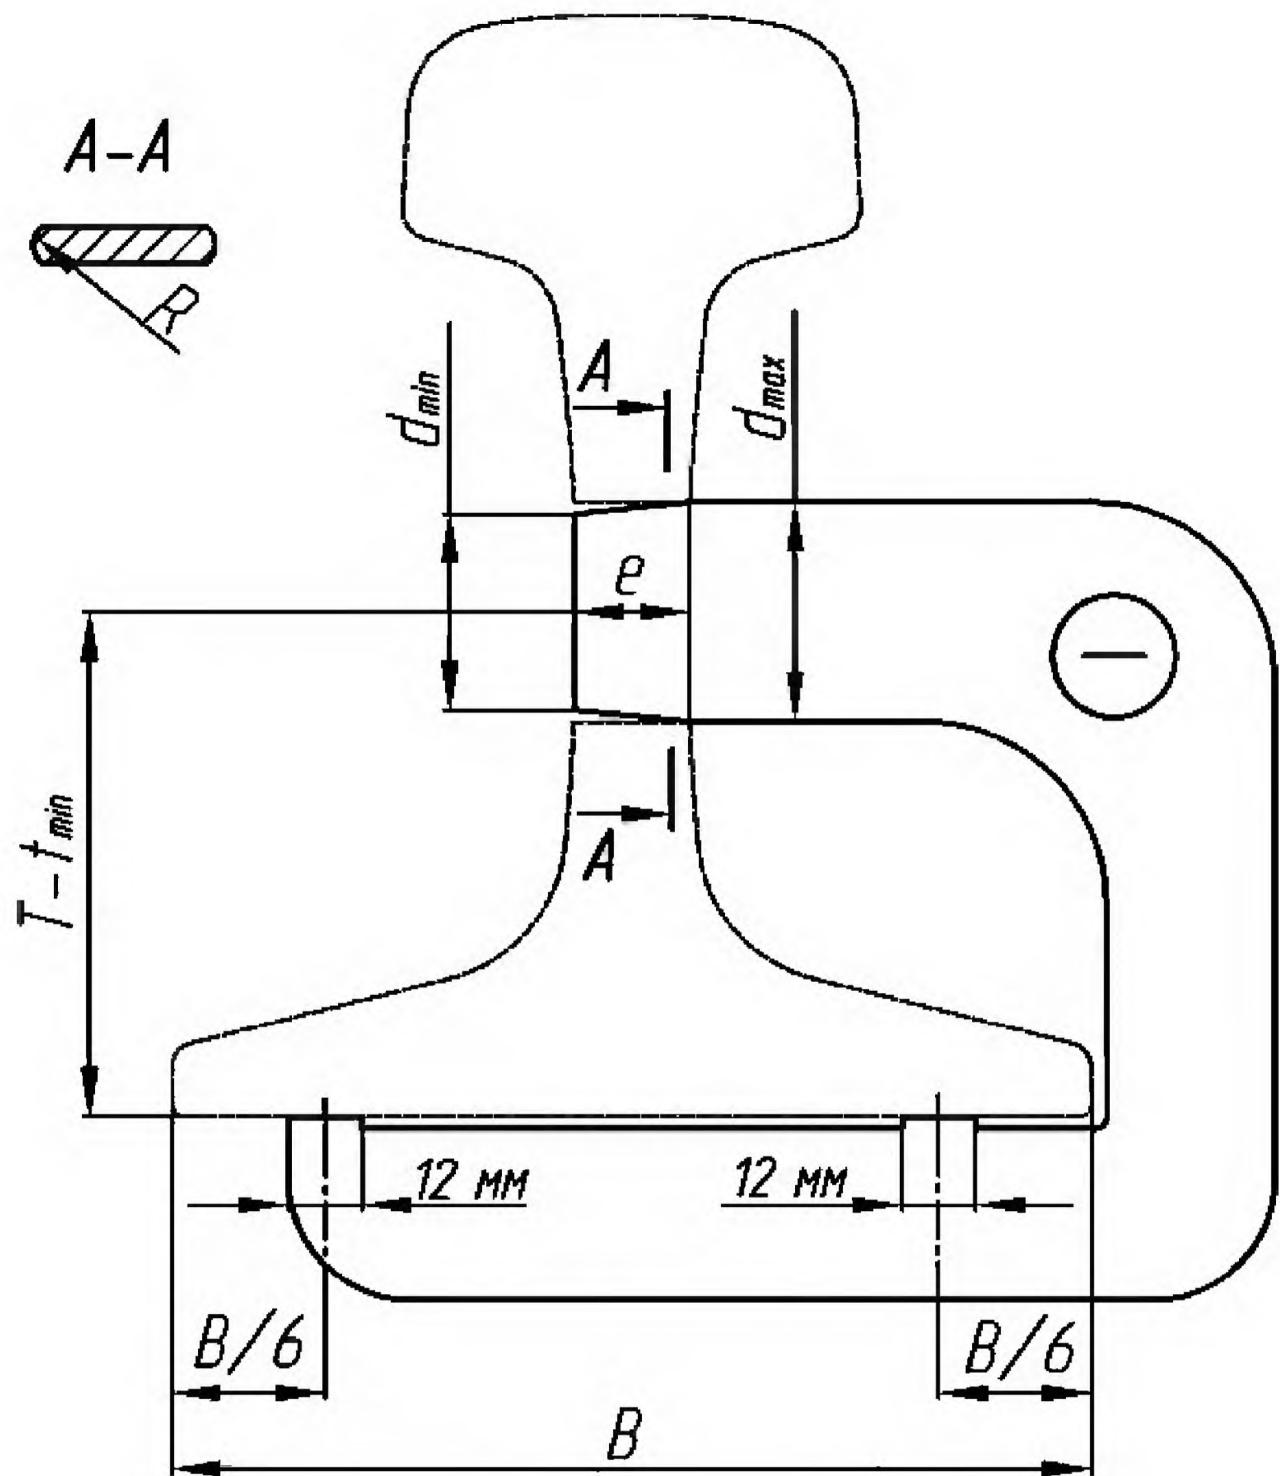

t_{max} , t_{min} – максимальный и минимальный допуски расположения болтовых отверстий в вертикальной плоскости;



Знак «+» и «-» обозначает, что шаблон должен касаться основания подошвы рельса и проходить в отверстие или касаться внутренней части отверстия.

Рисунок Е.12, лист 2

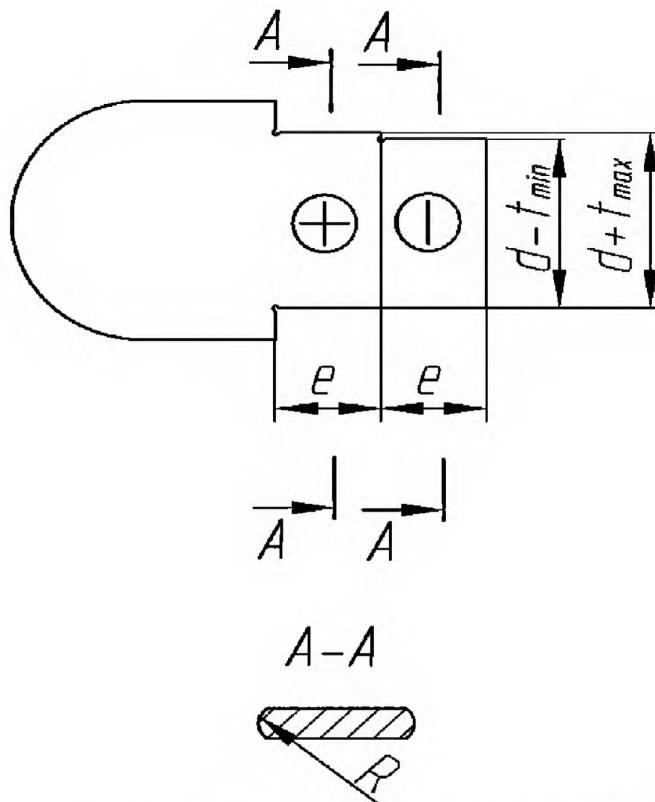


t_{\max} , t_{\min} – максимальный и минимальный допуски диаметра болтового отверстия;
 Знак «+» обозначает, что шаблон не должен проходить по диаметру отверстия, либо проходить без зазора;
 Знак «-» обозначает, что шаблон должен проходить по диаметру отверстия.;
 Далее принимается следующее обозначение: $d_{\max} = d + t_{\max}$ и $d_{\min} = d - t_{\min}$.

Рисунок Е.13 – Шаблон контроля диаметра болтовых отверстий

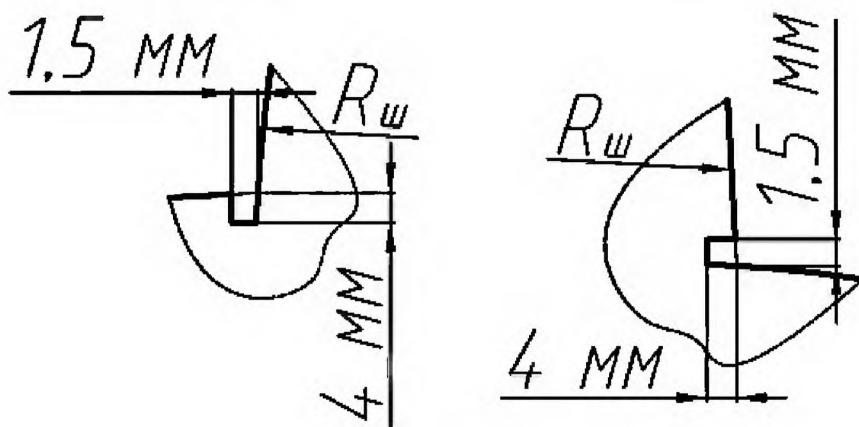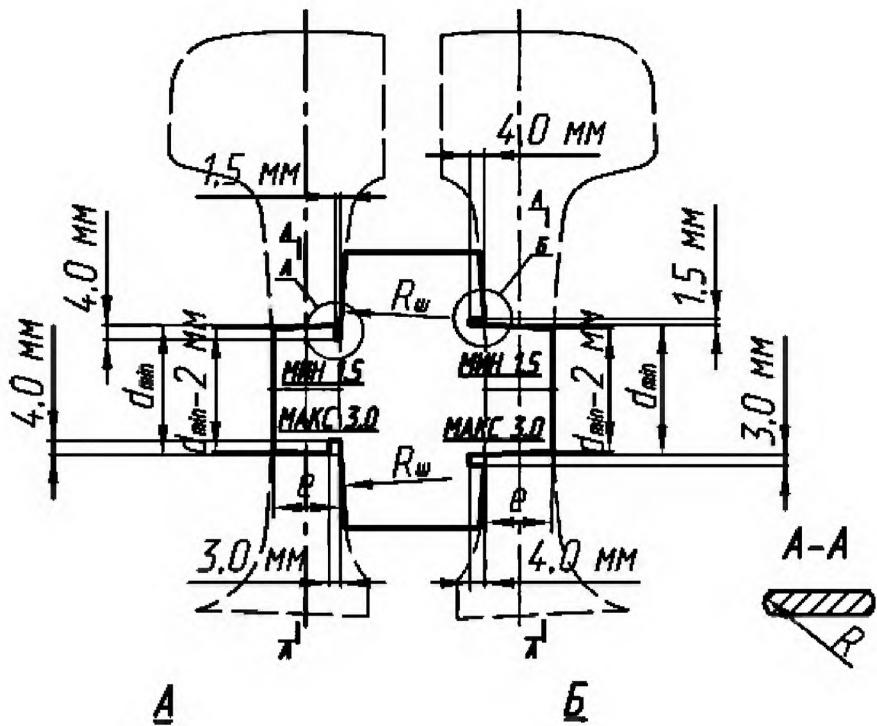

Фаска болтового отверстия не должна выходить за пределы углублений шаблона.

Рисунок Е.14 – Шаблон контроля фасок болтовых отверстий

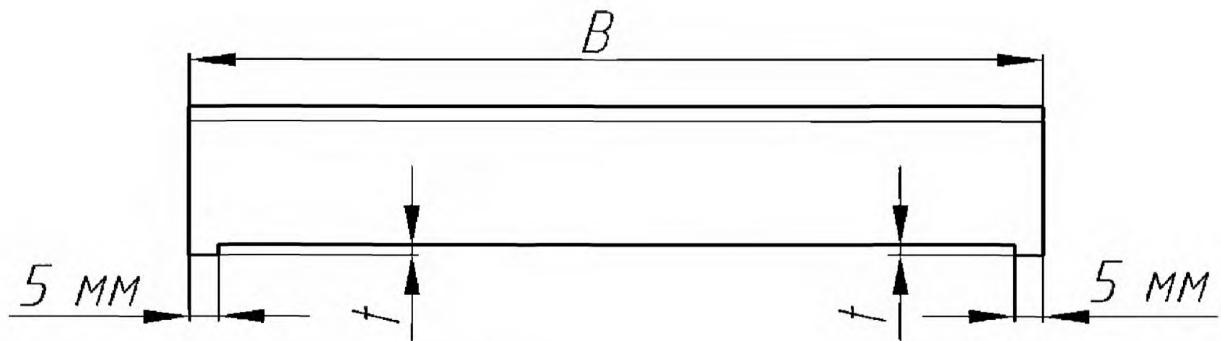


t – допуск выпуклости основания подошвы рельса;

Шаблон должен касаться выступами основания подошвы и не касаться внутренней частью основания подошвы рельса, либо касаться;

Шаблон должен прямой поверхностью касаться центральной части основания подошвы и не касаться ее крайними частями, либо касаться основания подошвы без зазора.

Рисунок Е.16 – Шаблон контроля выпуклости и вогнутости основания подошвы рельса

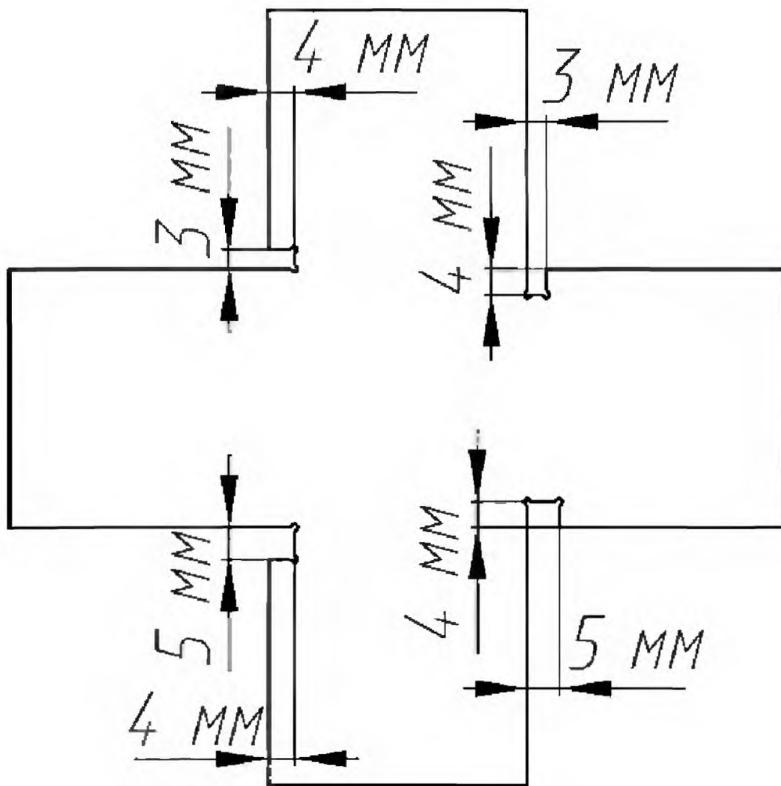

Фаска по контуру рельса не должна выходить за пределы углублений шаблона.

Рисунок Е.17 – Шаблон контроля фаски по контуру рельса

49 Приложение И, подпункт И.5.2 дополнить предложением:

«Допускается по согласованию с потребителем использовать модели дефектов с другими размерами.»

Ключевые слова: железнодорожные рельсы широкой колеи, классификация, конструкция и размеры, технические требования, правила приемки, методы испытаний, транспортирование и хранение, гарантия изготовителя.

(ИУС №2-2016)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО
УПРОЧНЕННЫЕ И НЕТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ**

Общие технические условия

СТ РК 2432-2013

Издание официальное

**Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
(Госстандарт)**

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 40 «Железнодорожный транспорт» на базе Акционерного общества «Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 556-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-П, Закона Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года № 266-П, Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта», утвержденных решением Комиссии Таможенного Союза от 15 июля 2011 года № 710.

**4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

2019 год
5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения, обозначения и сокращения	2
4	Классификация и категории рельсов	4
5	Общие технические требования	5
5.1	Общие положения	5
5.2	Основные параметры и размеры рельсов	6
5.3	Требования к заготовкам и технологии производства	9
5.4	Требование к химическому составу стали	10
5.5	Загрязнённость стали неметаллическими включениями	12
5.6	Внутренние дефекты и дефекты макроструктуры	12
5.7	Качество поверхности	13
5.8	Механические свойства	14
5.9	Твёрдость по сечению и длине рельсов	15
5.10	Копровая прочность рельсов	16
5.11	Остаточные напряжения в шейке рельсов	16
5.12	Микроструктура	16
5.13	Маркировка	17
5.14	Магнитная индукция	18
5.15	Эксплуатационная надежность рельсов	18
6	Правила приемки	19
6.1	Общие положения	19
6.2	Приемо-сдаточные испытания	20
6.3	Отбор проб	23
6.4	Порядок приемки рельсов при отрицательных результатах контроля	25
6.5	Периодические испытания	26
6.6	Сертификационные испытания	27
7	Методы контроля	27
7.1	Контроль размеров и форм поперечного сечения рельсов	27
7.2	Контроль длины рельсов	28
7.3	Контроль диаметра болтовых отверстий	28
7.4	Контроль перпендикулярности торцов рельсов	28
7.5	Контроль прямолинейности рельсов	28
7.6	Контроль отклонения рельсов от прямолинейности	28
7.7	Контроль скручивания рельсов	29
7.8	Контроль химического состава	29
7.9	Контроль рельсов на отсутствие флокенов	29
7.10	Контроль загрязнённостями неметаллическими включениями	29
7.11	Контроль внутренних дефектов и дефектов макроструктуры	30
7.12	Контроль качества поверхности рельсов	30
7.13	Контроль механических свойств	31
7.14	Контроль твердости рельсов	31
7.15	Контроль копровой прочности рельсов	31
7.16	Контроль остаточного напряжения в шейке рельсов	32
7.17	Контроль микроструктуры	32
7.18	Контроль маркировки рельсов	33

СТ РК 2432-2013

7.19	Контроль магнитной индукции	33
7.20	Контроль эксплуатационной надежности рельсов	34
8	Транспортирование и хранение	43
9	Гарантии изготовителя	43
Приложение А	(Информационное) Рекомендуемые сферы рационального применения рельсов различных категорий	44
Приложение Б	(Информационное) Схема и примеры обозначения рельсов при заказе	45
Приложение В	(Информационное) Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров	46
Приложение Г	(Информационное) Расчётные параметры конструкции рельсов	50
Приложение Д	(Обязательное) Схема контроля отклонения рельсов от прямолинейности	51
Приложение Е	(Информационное) Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, размеров и расположения болтовых отверстий	53
Приложение Ж	(Обязательное) Шкала макроструктуры рельсов	71
Приложение И	(Обязательное) Неразрушающий контроль рельсов	89
Приложение К	(Рекомендуемое) Допустимые варианты достижения соответствия методом повторной термической обработки и видов последующего контроля и приемки рельсов	94
Приложение ІІ	(Обязательное) Методика металлографического анализа. Сталь. Определение загрязнённости оксидными включениями по эталонным изображениям	95
Библиография		102

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО
УПРОЧНЕННЫЕ И НЕТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ****Общие технические условия****Дата введения 2014-03-01****1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на железнодорожные рельсы типов Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых участков пути), Р75 дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные, предназначенные для укладки на железных дорогах широкой колеи.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство.

Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость.

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение.

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава.

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры.

ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция.

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю.

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, компактной и повышенных температурах.

ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения.

ГОСТ 17745-90 Стали и сплавы. Методы определения газов.

ГОСТ 18895–97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа.

ГОСТ 21014–88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности.

ГОСТ 22536.1–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2–87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы.

ГОСТ 22536.3 88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора.

ГОСТ 22536.4–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния.

ГОСТ 22536.5–87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца.

ГОСТ 22536.7–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома.

ГОСТ 22536.8–87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди.

ГОСТ 22536.9–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля.

ГОСТ 22536.10–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия.

ГОСТ 22536.11–87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана.

ГОСТ 22536.12–88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия

ГОСТ 28033–89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа.

ISO 14284–1996 Сталь и чугун. Отбор и приготовление образцов для определения химического состава.

ISO/IEC 17025-2005 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

ГОСТ Р 50542–1993 Изделия из черных металлов для верхнего строения рельсовых путей. Термины и определения.

ГОСТ Р 54153–2010 Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа.

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ Р 50542, ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **Плавка:** Масса стали, выплавляемая единовременно в сталеплавильном агрегате.

3.1.2 **Серия плавок:** Ряд плавок стали одной марки, разливаемых в режиме непрерывной плавки через один промежуточный ковш.

3.1.3 Смежные плавки: Плавки, смежные в серии.

3.1.4 Рельсы общего применения: Рельсы, предназначенные для прямых и пологих кривых участков звеньевого и бесстыкового железнодорожного пути общего пользования и производства стрелочных переводов.

3.1.5 Рельсы специального применения: Рельсы, предназначенные для применения в особых условиях эксплуатации (при высокой грузонапряженности, в кривых участках железнодорожного пути общего пользования, при низких температурах, для скоростного совмещенного и высокоскоростного пассажирского движения и др.).

3.1.6 Контрольный рельс: Рельс, от которого отбирают пробы для приемо-сдаточных испытаний.

3.1.7 Смежные рельсы: Рельсы из одного раската, расположенные последовательно.

3.1.8 Дифференцированное упрочнение: Различное упрочнение по сечению рельса за счет технологии нагрева и (или) охлаждения по элементам сечения рельса.

ПРИМЕЧАНИЕ Элементами сечения рельса являются: головка рельса, шейка рельса, подошва рельса в соответствии с Рисунком 1.

3.1.9 Сканирование: Процесс регламентированного перемещения преобразователя по поверхности (или над поверхностью) контролируемого объекта или (и) перемещения контролируемого объекта относительно преобразователя.

3.1.10 Условный размер несплошности: Расстояние по длине рельса между крайними положениями преобразователя, в которых фиксируют сигнал от несплошности при заданном значении условной чувствительности.

3.1.11 Условно-дефектный рельс: Рельс, содержащий один или более участков, на которых при первичном контроле информативный параметр неразрушающего метода контроля, принятый в качестве признака дефекта, выходит за пределы, установленные настоящим стандартом.

3.1.12 Опорный отражатель: Искусственный отражатель в образце объекта контроля или на поверхности объекта контроля, используемые для настройки чувствительности прибора.

3.1.13 Полнопрофильная проба: Отрезок рельса полного сечения заданной длины, предназначенный для испытаний.

3.1.14 Скоростное совмещенное движение: Способ организации движения железнодорожного подвижного состава, при котором по одним и тем же железнодорожным путем осуществляются грузовое и пассажирское движение со скоростями до 140 км/ч и скоростное пассажирское движение со скоростями более 140 км/ч.

3.1.15 Эталонные изображение: Структурное изображение образца металла или сплава без примесей загрязнения.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения групп неметаллических включений:

EB – строчечные глобуллярные включения;

ED – отдельные глобуллярные включения.

ПРИМЕЧАНИЕ Данные обозначения аналогичны установленным в европейском стандарте [2].

3.3 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

НК – неразрушающий контроль;

ЭМАП – электромагнитоакустический преобразователь;

СИ – средство измерений.

4 Классификация и категории рельсов

4.1 Рельсы подразделяют:

- а) по типам: Р50, Р65, Р65К (для наружных нитей кривых участков пути) и Р75;**
- б) по способу выплавки стали:**

- 1) в конвертере (К);**
- 2) в электропечи (Э);**

в) по применению:

- 1) рельсы общего применения;**
- 2) рельсы специального применения:**

- рельсы низкотемпературной надежности (НН);**
- рельсы повышенной износостойкости и контактной выносливости (ИК);**
- рельсы для скоростного совмещенного движения (СС);**
- рельсы для высокоскоростного движения (ВС);**

г) по способу термического упрочнения:

1) рельсы дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева (ДТ);

2) рельсы нетермоупрочненные с прокатного нагрева (Н);

д) по уровню технических требований:

1) по классу твердости (минимальной твердости):

- 370 (термоупрочненные);**
- 350 (термоупрочненные);**
- 320 (нетермоупрочненные);**
- 300 (нетермоупрочненные);**
- 260 (нетермоупрочненные);**

2) по классу точности изготовления профиля (классу профиля):

- Х;**
- Y;**

3) по классу прямолинейности:

- А;**
- В;**
- С;**

4) по классу качества поверхности:

- Е;**
- Р;**

5) по наличию болтовых отверстий на концах:

- с отверстиями;**
- без отверстий.**

4.2 Рельсы в зависимости от вида термоупрочнения, класса твердости и эксплуатационного применения разделяются на категории.

Таблица 1 - Категории рельсов

Обозначение категории рельсов	Характеристика категории рельсов
ДТ370ИК	Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева повышенной износостойкости и контактной выносливости

Таблица 1 (*продолжение*)

Обозначение категории рельсов	Характеристика категории рельсов
ДТ350ВС	Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева для высокоскоростного пассажирского движения
ДТ350СС	Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева для скоростного совмещенного движения
ДТ350НН	Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева низкотемпературной надежности
ДТ350	Дифференцированно термоупрочненные по сечению с контролем охлаждения подошвы рельса после прокатного и последующего индукционного нагрева общего применения
Н320ВС	Нетермоупрочненные для высокоскоростного пассажирского движения
Н320	Нетермоупрочненные высокой прочности общего применения
Н300	Нетермоупрочненные повышенной прочности общего применения
Н260	Нетермоупрочненные обычной прочности общего применения

ПРИМЕЧАНИЕ В обозначениях категорий рельсов использованы сокращения, указанные в 4.1

По соглашению потребителя и изготовителя (далее – сторон) допускается выпуск рельсов других категорий, отличающихся иным сочетанием класса прочности, класса точности профиля, класса качества поверхности и класса прямолинейности, установленных в 4.1 и 4.2.

4.3 Рекомендуемые сферы применения рельсов приведены в Приложении А.

4.4 При заказе рельсов используют схему и примеры обозначения рельсов, приведенные в Приложении Б.

5 Общие технические требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Рельсы изготавливают по требованиям настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном порядке.


5.1.2 Конструкция рельсов при данных условиях использования и технического обслуживания должна обеспечивать возможность ее восстановления путем шлифования и фрезерования рельсов в соответствии с установленными нормами. Рельсы должны иметь удовлетворительную свариваемость в соответствии с требованиями действующей нормативной документации владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, которая обеспечивается соблюдением всех требований настоящего стандарта и соответствующими режимами сварки и наплавки.

5.1.3 Рельсы должны быть контроле пригодными при дефектоскопировании в железнодорожном пути, обеспечивая безопасность движения в течение всего жизненного цикла.

5.2 Основные параметры и размеры рельсов

5.2.1 Форма и основные размеры поперечного сечения рельсов

5.2.1.1 Форма и основные (контролируемые) размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать размерам, приведённым на Рисунке 1 и в Таблице 2.

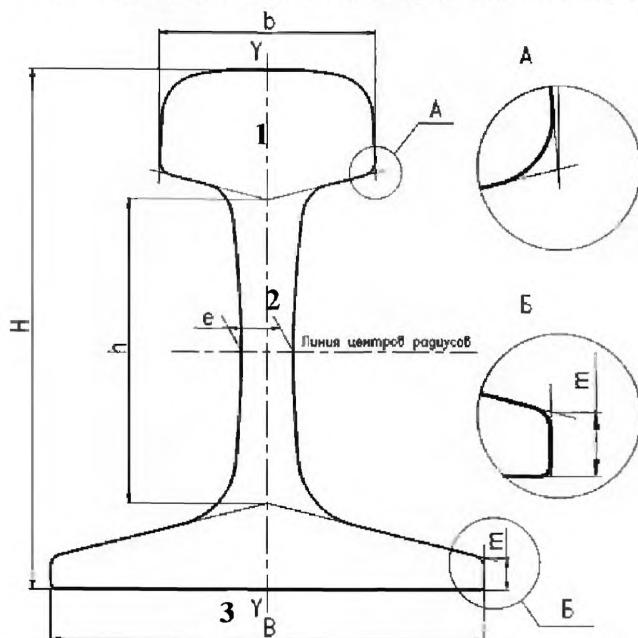

1 – головка рельса; 2 – шейка рельса; 3 – подошва рельса (А – радиус закругления нижней части головки рельса, Б – толщина основания подошвы рельса)

Рисунок 1 – Основные размеры поперечного сечения рельса

Таблица 2 – Основные размеры поперечного сечения рельсов

В миллиметрах

Размер поперечного сечения	Обозна- чение	Значение размера для рельса типа			
		P50	P65	P65K	P75
Высота рельса	<i>H</i>	152,0	180,0	181,0	192,0
Высота шейки	<i>h</i>	83,0	105,0	105,0	104,4
Ширина головки	<i>b</i>	72,0	75,0	75,0	75,0
Ширина подошвы	<i>B</i>	132,0	150,0	150,0	150,0
Толщина шейки	<i>e</i>	16,0	18,0	18,0	20,0
Высота пера подошвы	<i>m</i>	10,5	11,2	11,2	13,5

Допускаемые отклонения контролируемых размеров и формы поперечного сечения рельсов должны соответствовать значениям, указанным в Таблице 3.

Таблица 3 Допускаемые отклонения размеров и формы поперечного сечения рельсов

В миллиметрах

Наименование показателя	Обозначение	Класс профиля рельса	
		X	Y
Высота рельса:	типа Р50	<i>H</i>	$\pm 0,5$ +0,5 -1,0
	типа Р65, Р75		$\pm 0,6$ +0,6 -1,1
	типа Р65К		- +1,3 -1,0
Высота шейки	<i>h</i>	$\pm 0,5$	$\pm 0,6$
Ширина головки	<i>b</i>	$\pm 0,5$	+0,6 -0,5
Ширина подошвы	<i>B</i>	$\pm 1,0$	+1,5 -1,0
Толщина шейки	<i>e</i>		+1,0 -0,5
Высота пера подошвы	<i>m</i>		+0,75 -0,50
Отклонение формы поверхности катания от номинальной для рельсов:	класса прямолинейности А	-	+0,6 -0,3
	классов прямолинейности В и С	-	$\pm 0,6$
Несимметричность рельса		-	$\pm 1,2$
Выпуклость основания подошвы		-	0,3 0,5
ПРИМЕЧАНИЕ Нормы по отклонению формы поверхности катания от номинальной не распространяются на рельсы типа Р65К.			

5.2.1.2 Вогнутость основания подошвы рельсов не допускается.

5.2.1.3 Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров и не контролируемые при приемке рельсов, приведены в Приложении В.

5.2.1.4 Расчетные параметры конструкций рельсов приведены в Приложении Г.

5.2.2 Длина рельсов

Рельсы без болтовых отверстий изготавливают:

- длиной от 12,5 м до 20 м включительно с допускаемым отклонением ± 1 мм на метр длины;

- длиной от 20 м до 25 м включительно с допускаемым отклонением ± 20 мм;

- длиной от 25 м до 105 м включительно с допускаемым отклонением ± 30 мм;

- длиной от 105 м до 125 м включительно с допускаемым отклонением ± 30 мм.

Рельсы с болтовыми отверстиями изготавливают длиной 25,00; 24,92; 24,84; 12,52; 12,50; 12,46; 12,42 и 12,38 м с допускаемым отклонением ± 4 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ Длина рельсов указана при температуре 15 °С. Результаты измерений, проведенных при других температурах, должны быть скорректированы с учетом температурного линейного расширения рельсов.

5.2.3 Болтовые отверстия в рельсах

Расположение, количество и диаметр болтовых отверстий в шейке на концах рельсов должны соответствовать приведенным на Рисунке 2 и в Таблице 4.

По согласованию сторон рельсы могут быть изготовлены с другим расположением, количеством и диаметром болтовых отверстий.

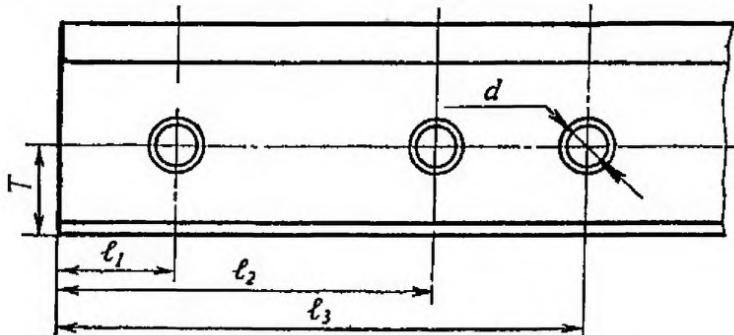


Рисунок 2 – Расположение болтовых отверстий

Таблица 4 – Расположение и размеры болтовых отверстий

В миллиметрах

Тип рельса	Номинальное значение					Допускаемое отклонение
	D	T	l ₁	l ₂	l ₃	
P50	34,0	68,5	66,0	216,0	356,0	
P65, P65K	36,0	78,5	96,0	316,0	446,0	±0,7
P75	36,0	80,4	96,0	316,0	446,0	

Болтовые отверстия должны иметь фаски размером от 1,5 мм до 3,0 мм, снятые под углом около 45°.

5.2.4 Перпендикулярность торцов рельсов

Отклонение поверхностей торцов от перпендикулярности по отношению к поверхности рельса не должно превышать 0,6 мм.

5.2.5 Прямолинейность рельсов

Отклонения от прямолинейности на заданной базовой длине для рельсов соответствующих классов не должны превышать значений, указанных в Таблице 5.

Таблица 5 – Допускаемые отклонения рельсов от прямолинейности

Элемент рельса*	Направление отклонения	Класс А		Класс В		Класс С	
		d, мм	L, м	d, мм	L, м	d, мм	L, м
Основная часть рельса	В вертикальной плоскости	0,30 и 0,20	3 и 1	0,40 и 0,30	3 и 1	0,60	1,5

Таблица 5 – Допускаемые отклонения рельсов от прямолинейности (продолжение)

Элемент рельса *	Направление отклонения	Класс А		Класс В		Класс С							
		<i>d</i> , мм	<i>L</i> , м	<i>d</i> , мм	<i>L</i> , м	<i>d</i> , мм	<i>L</i> , м						
Основная часть рельса	В горизонтальной плоскости	0,45	1,5	0,60	1,5	0,80							
Концевая зона рельса	Длина зоны	2 м		1,5 м									
	В вертикальной плоскости вверх	0,40 0,30	2 и 1	0,50	1,5	0,70	1,5						
	В вертикальной плоскости вниз	<i>e</i> ≤ 0,2 мм при <i>F</i> ≥ 0,6 м											
	В горизонтальной плоскости	0,60 0,40	2 и 1	0,50	1,5	0,50	1,5						
Переходная зона	Длина зоны	2 м		1,5 м									
	В вертикальной плоскости	0,30	2	0,40	1,5	-	-						
	В горизонтальной плоскости	0,60	2	0,60	1,5	-	-						
Рельс в целом	В вертикальной плоскости	Для рельсов длиной 25 м и более – кривизна рельса, лежащего на подошве или головке, не более 10 мм											
		Для рельсов длиной менее 25 м:											
		Прогиб не более 1/2500 длины рельса	Прогиб не более 1/2200 длины рельса										
ПРИМЕЧАНИЕ Обозначения: <i>d</i> – нормируемая величина отклонения; <i>L</i> – базовая длина, для которой установлена нормируемая величина отклонения; <i>e</i> – нормируемая величина отклонения конца рельса вниз; <i>F</i> – расстояние от торца до начала отклонения конца рельса вниз.													
* Элементы рельса приведены в Приложении Д.													

Нормы прямолинейности класса А применяют для рельсов категорий ВС и СС, классов В и С – для рельсов остальных категорий.

5.2.6 Скручивание рельсов

Скручивание рельсов длиной от 18,00 м до 24,84 м включительно – не более 1/10000 длины рельса; длиной свыше 24,84 м – не более 2,5 мм.

5.3 Требования к заготовкам и технологии производства

5.3.1 Для производства рельсов используют непрерывно-литые заготовки из стали кислородно-конвертерного или электропечного производства, подвергнутой внепечной обработке и вакуумированию.

5.3.2 Технология производства и контроля рельсов должна:

- предусматривать удаление окалины при помощи гидросбива;

- возможность правки рельсов в двух плоскостях на роликоправильных машинах и прессах;
- автоматизированный контроль отклонения рельсов от прямолинейности;
- автоматизированный контроль размеров и формы профиля рельсов;
- автоматизированный ультразвуковой контроль внутренних дефектов;
- автоматизированный неразрушающий контроль качества поверхности рельсов;
- систему идентификации рельсов по технологическому потоку.

5.3.3 По соглашению сторон допускается изготовление рельсов с изменением отдельных требований, установленных в 5.3.1 и 5.3.2. В этом случае особенности технологии производства и контроля указывают в соглашении о поставке рельсов или в заказе.

5.3.4 Коэффициент вытяжки при прокатке:

- для типов рельсов Р50, Р65 и Р65К - не менее 9,0;
- для типа рельса Р75 – не менее 7,6.

5.3.5 Допускается однократная повторная правка рельсов в горизонтальной и вертикальной плоскостях на роликоправильных машинах и неоднократная правка местных и концевых искривлений на прессах.

5.3.6 Технология производства должна обеспечивать отсутствие флокенов в рельсах.

При массовой доле водорода в жидкой стали в промежуточном ковше:

- до 0,00020 % (2,0 ppm) включительно допускается не проводить противофлокенную обработку заготовок и рельсов;
- свыше 0,00020 % (2,0 ppm) до 0,00025 % (2,5 ppm) включительно проведение противофлокенной обработки заготовок или рельсов обязательно;
- свыше 0,00025 % (2,5 ppm) сталь не назначают для производства рельсов.

5.4 Требования к химическому составу стали

5.4.1 Химический состав стали, определяемый по ковшовой пробе, должен соответствовать указанному в Таблице 6.

По соглашению сторон устанавливают суженные пределы массовой доли элементов в стали.

5.4.2 Массовая доля в стали остаточных элементов не должна превышать:

- меди – 0,20 %;
- никеля – 0,20 % для рельсов категорий ДТ350НН и ДТ350;
- 0,15 % для рельсов всех остальных категорий;
- суммарная доля никеля и меди – 0,27 %;
- титана – 0,010 %.

При этом суммарная массовая доля указанных элементов и хрома, если он является остаточным элементом, должна быть не более 0,40 %.

Таблица 6 – Химический состав стали

Марка стали	Массовая доля элементов, %								
	Углерод	марганец	кремний	ванадий	хром	азот	фосфор	серы	алюминий
	не более								
90ХАФ	0,83-0,95	0,75-1,25	0,25-0,60	0,08-0,15	0,200-0,600	0,010-0,020	0,020	0,020	0,004
76ХАФ	0,71-0,82	0,75-1,25	0,25-0,60	0,05-0,15	0,200-0,800	0,010-0,020	0,020	0,020	0,004
76ХФ	0,71-0,82	0,75-1,25	0,25-0,60	0,03-0,15	0,200-0,800	-	0,020	0,020	0,004
76ХС	0,71-0,82	0,75-1,25	0,30-1,10	0,05-0,15	0,500-1,250	-	0,020	0,020	0,004
90АФ	0,83-0,95	0,75-1,25	0,25-0,60	0,08-0,15	не более 0,200	0,010-0,020	0,020	0,020	0,004
76АФ	0,71-0,82	0,75-1,25	0,25-0,60	0,05-0,15	не более 0,200	0,010-0,020	0,020	0,020	0,004
76Ф	0,71-0,82	0,75-1,25	0,25-0,60	0,03-0,15	не более 0,200	-	0,020	0,020	0,004

ПРИМЕЧАНИЕ К обозначению марки стали добавляют впереди букву «К» для конвертерной и букву «Э» для электропечной стали

5.4.3 В рельсах допускаются отклонения от норм в соответствии с Таблицей 6, по массовой доле элементов, как указано в Таблице 7.

**Таблица 7 – Допускаемые отклонения химического состава рельсов, не более
В процентах**

углерод	марганец	кремний	ванадий	азот	хром	фосфор	серы	алюминий
±0,02	±0,05	±0,02	+0,02	±0,002	±0,005	+0,005	+0,005	+0,001

5.4.4 Массовая доля общего кислорода в рельсах не должна превышать 0,0020 % (20 ppm).

Допускается не более 5 % плавок от месячного объема поставки с массовой долей общего кислорода от 0,0020 % (20 ppm) до 0,0030 % (30 ppm).

5.4.5 Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях не должна превышать 0,0010 % (10 ppm). Данная норма начинает действовать через два года после даты введения в действие настоящего стандарта.

5.4.6 Категории рельсов устанавливаются с учетом марки стали и термической обработки рельсов в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8 – Категории рельсов в зависимости от марки стали и термической обработки рельсов

Марка стали	Категории рельсов по термическому упрочнению	
	ДТ	Н
90ХАФ	ДТ370ИК	-
90АФ	ДТ370ИК	-
76ХАФ	ДТ350НН	-
76АФ	ДТ350НН	-
76ХФ	ДТ350ВС ДТ350СС ДТ350	Н300
76ХСФ	-	Н320ВС Н320
76Ф	ДТ350ВС ДТ350СС ДТ350	Н260

5.5 Загрязнённость стали неметаллическими включениями

5.5.1 Размер наибольшего диаметра (P_D) отдельных глобулярных включений (группы ED) не должен превышать 30 мкм при оценке по каждому из шести шлифов и 20 мкм при оценке усредненного диаметра по шести шлифам.

5.5.2 Размер наибольшей длины (P_L) строчечных глобулярных включений (группы EB) не должен превышать:

- для рельсов специального применения 353 мкм при оценке максимального размера по каждому из шести шлифов и 300 мкм при оценке максимального размера, усредненного по шести шлифам;

- для рельсов общего применения 705 мкм при оценке максимального размера по каждому из шести шлифов и 500 мкм при оценке максимального размера, усредненного по шести шлифам.

5.5.3 Суммарный коэффициент загрязненности рельсов строчечными глобулярными включениями и отдельными глобулярными включениями K_a , должен быть не более $30 \text{ мкм}^2/\text{мм}^2$ для каждой группы включений. Данная норма начинает действовать через два года после даты введения в действие настоящего стандарта.

5.6 Внутренние дефекты и дефекты макроструктуры

5.6.1 В рельсах не допускаются флокены, расслоения, трещины, корочки, пятнистая ликвация, инородные металлические и шлаковые включения.

Вид, характер и место расположения допускаемых и недопускаемых дефектов макроструктуры должны соответствовать нормам, установленным шкалой макроструктуры рельсов в соответствии с Приложением Ж.

5.6.2 В рельсах не допускаются выявляемые при ультразвуковом контроле внутренние дефекты, амплитуда эхо-сигналов от которых или ослабление донного сигнала которыми превышают установленный уровень (см. Приложение И).

5.7 Качество поверхности

5.7.1 Поверхность рельса должна быть без раскатанных загрязнений, трещин, рванчин, раскатанных корочек, плен, закатов, раковин от окалины, подрезов, вмятин, продиров, поперечных рисок и поперечных царапин.

Вид и максимальные значения параметров допускаемых дефектов поверхности в зависимости от места их расположения в соответствии с Таблицей 9.

5.7.2 На поверхности рельсов, предназначенных для сварки, на длине менее 200 мм от торцов не допускаются раскатанные пузыри, морщины и волосовины.

Таблица 9 – Допускаемые дефекты поверхности рельсов

В миллиметрах

Вид дефекта	Параметр дефекта	Место расположения и параметры дефекта для классов качества поверхности рельсов Е и Р							
		поверхность катания		средняя треть основания подошвы		Остальные элементы профиля		Е	Р
		Е	Р	Е	Р	Е	Р		
Раскатанные пузыри, волосовины	Глубина	0,35	1,00	0,30	0,30	0,50	1,00	Е	Р
	Длина	500	1000	500	1000	500	1000		
Продольные риски, царапины, морщины	Глубина	0,30	0,50	0,30	0,30	0,50	0,50		

ПРИМЕЧАНИЕ На поверхности шейки рельсов вне зоны сопряжения с накладками допускаются выпуклые отпечатки высотой не более 5 мм.

5.7.3 Допускается удаление недопустимых дефектов пологой зачисткой абразивным инструментом вдоль рельса, без прижогов, на глубину, не превышающую норм установленных в соответствии с Таблицей 10. После зачистки размеры профиля должны соответствовать требованиям, указанным в Таблицах 2 и 3.

Таблица 10 – Допускаемая глубина удаления дефектов

В миллиметрах

Место расположения дефекта	Глубина удаления дефектов для рельсов классов качества поверхности, не более	
	Е	Р
Поверхность катания	0,35	0,50
Средняя треть основания подошвы	0,30	0,50
Остальные элементы профиля	0,50	1,00

5.7.4 Допускается удаление отпечатков и знаков выпуклой маркировки на шейке рельса в зоне сопряжения с накладками зачисткой абразивным инструментом вдоль направления прокатки при обеспечении размеров шейки.

5.7.5 На поверхности катания головки и основания подошвы рельсов не допускаются дефекты, выявляемые методами неразрушающего контроля в соответствии с И.5 (см. Приложение И, метод В).

5.7.6 Поверхность торцов рельсов должна быть без рванин, расслоений и трещин. Кромки торцов рельсов должны быть без заусенцев и наплыпов металла.

Для рельсов без болтовых отверстий рекомендуется притуплять кромки торцов по контуру головки и шейки.

На термоупрочненных рельсах с болтовыми отверстиями, на торцах по нижним кромкам головки рельсов и верхней части перьев подошвы должна быть снята фаска размером до 3 мм.

5.7.7 Поверхность болтовых отверстий и фасок должна быть без рванин, задиров, винтовых следов от сверления.

5.7.8 Для рельсов применений ВС, СС и НН применяют нормы качества поверхности класса Е, для рельсов остальных применений применяют нормы качества поверхности класса Е или Р.

5.8 Механические свойства

Механические свойства при испытаниях на растяжение и ударную вязкость должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 11.

Таблица 11 – Механические свойства

Категория рельсов	Временное сопротивление, σ_B , Н/мм ²	Предел текучести, $\sigma_{0.2}$, Н/мм ²	Относительное удлинение, δ , %	Относительное сужение, ψ , %	Ударная вязкость, КСУ, Дж/см ²
ДТ370ИК	1280	870	9,0	14,0	15
ДТ350 ДТ350НН ДТ350СС ДТ350ВС	1180	800	9,0	25,0	15
Н320 Н320ВС	1080	600	9,0	-	-
Н300	980	510	8,0	-	-
Н260	900	500	8,0	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Ударную вязкость для рельсов категории ДТ350НН определяют при температуре образцов минус 60 °С, а для рельсов остальных категорий – при комнатной температуре.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Ударная вязкость для рельсов категории ДТ350НН из стали марки 76АФ, дифференцированно термоупрочненных с повторного нагрева, должна быть не менее 25 Дж/см².

5.9 Твердость по сечению и длине рельсов

5.9.1 Твердость термоупрочненных рельсов должна соответствовать требованиям, указанным в Таблице 12. Точки измерения твердости показаны на Рисунке 3. Допускаемые отклонения расположения точек: ± 1 мм, $\pm 3^\circ$.

Таблица 12 – Твердость термоупрочненных рельсов

В единицах твердости по Бринеллю (НВ, HBW)

Место определения	Твердость рельсов категорий	
	ДТ370ИК	ДТ350, ДТ350НН, ДТ350СС, ДТ350ВС
На поверхности катания головки (см. точку 1)	370 – 409	352 – 405
На глубине 10 мм от поверхности катания головки по вертикальной оси рельса (см. точку 2), не менее	363	341
На глубине 10 мм от поверхности выкружки рельса (см. точки 3 и 4), не менее	363	341
На глубине 22 мм от поверхности катания головки по вертикальной оси рельса (см. точку 5), не менее	352	321
В шейке (см. точку 6), не более	352	341
В подошве (см. точки 7 и 8), не более	388	363

Размеры в мм

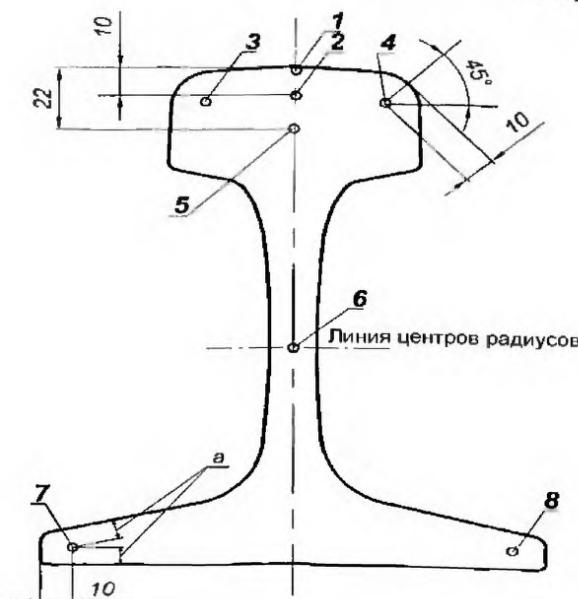


Рисунок 3 – Точки измерения твердости рельсов

5.9.2 Твердость по Бринеллю (далее - твердость) HB (HBW) нетермоупрочненных рельсов должна составлять:

а) на поверхности катания (см. точку 1 на Рисунке 3):

1) от 321 до 363 включительно – для рельсов категорий H320 и H320BC;

2) от 301 до 341 включительно – для рельсов категории H300;

3) от 262 до 321 включительно – для рельсов категории H260;

б) на глубине 10 мм (см. точку 2 на Рисунке 3):

1) от 321 до 363 – включительно для рельсов категорий H320 и H320BC.

5.9.3 Разность значений твердости по Бринеллю на поверхности катания одного рельса не должна превышать 30 HB (HBW).

5.10 Копровая прочность рельсов

Копровая прочность рельсов, определяемая при испытаниях полнопрофильных проб рельсов на копре при ударе падающим грузом, должна соответствовать требованиям Таблицы 13.

Таблица 13 – Копровая прочность рельсов

Категория рельсов	Высота падения груза, м, для рельсов типа			Температура пробы, °C	Требуемый результат испытаний
	P50	P65, P65K	P75		
ДТ370ИК	-	4,2	-	минус (60±5)	отсутствие излома и трещин
ДТ350	4,0	5,0	6,0		
ДТ350СС, ДТ350ВС	-	5,0	-		
ДТ350НН	-	9,0	-		
H320, H320BC	-	7,3	-		
H300, H260	6,1	7,3	8,2	от 0 до 40	

5.11 Остаточные напряжения в шейке рельсов

Для рельсов категорий ДТ370ИК, ДТ350, ДТ350СС, ДТ350ВС, ДТ350НН, H320BC и H320BC допускаются остаточные напряжения в шейке, приводящие к расхождению паза на торце полнопрофильной пробы рельса после ее прорезания, не превышающее - 2,0 мм.

Допускаются остаточные напряжения, приводящие к схождению паза.

5.12 Микроструктура

5.12.1 Микроструктура головки термоупрочненных рельсов должна представлять собой пластинчатый перлит не выше балла 4, а рельсов категорий H300 и H320 – балла 8 по шкале 1 ГОСТ 8233.

В микроструктуре головки термоупрочненных рельсов допускаются мелкие разрозненные участки феррита не выше балла 2 по шкале 7 ГОСТ 8233, бейнит не допускается.

В микроструктуре рельсов класса прочности 370 из стали марок 90АФ и 90ХАФ допускаются участки карбидной сетки не выше балла 3 по шкале 5 ГОСТ 8233.

5.12.2 Глубина обезуглероженного слоя на поверхности головки рельсов не должна превышать 0,5 мм.

5.13 Маркировка

5.13.1 Выпуклая маркировка

5.13.1.1 На средней части шейки с одной стороны каждого рельса в горячем состоянии выкатывают выпуклую маркировку, содержащую:

- обозначение предприятия-изготовителя;

- месяц (римскими цифрами) и последние две цифры года изготовления (арабскими цифрами),

- тип рельса;

- обозначение направления прокатки стрелкой (острие стрелки указывает на передний конец рельса по ходу прокатки).

5.13.1.2 Маркировку выкатывают с периодичностью не более 4 м по длине рельсов. На рельсах с болтовыми отверстиями маркировка не должна располагаться на расстоянии менее 0,6 м от торцов рельса.

5.13.1.3 Маркировочные знаки должны быть высотой от 20 мм до 25 мм и выступать на расстояние от 0,6 мм до 1,3 мм с плавным переходом к поверхности шейки.

5.13.1.4 Допускается дополнительно выкатывать не более четырех знаков в виде выпуклых точек диаметром от 2 мм до 3 мм высотой около 1 мм и выпуклых линий длиной до 80 мм.

5.13.2 Маркировка, наносимая клеймовочной машиной

5.13.2.1 На средней части шейки каждого рельса со стороны, противоположной выпуклой маркировке, в горячем состоянии наносят:

- a) обозначение способа выплавки буквой:

- 1) для конвертерной сталиК;

- 2) для электросталиЭ;

- б) номер плавки;

- в) номер ручья;

- г) номер заготовки в ручье.

5.13.2.2 Маркировку наносят на расстоянии более 1 м от торцов рельса с периодичностью не более 12,5 м по длине рельсов. Расстояние между знаками за исключением пробела должно быть от 20 мм до 40 мм.

Маркировочные знаки должны иметь высоту около 16 мм, глубину от 0,4 мм до 1,5 мм, угол наклона около 10° к вертикальной оси рельса. Знаки должны быть четкими, без острых очертаний контуров и вершин.

5.13.2.3 Не допускается наносить и исправлять клеймением в холодном состоянии маркировочные знаки, нанесенные горячим клеймением.

5.13.3 Маркировка приемочными знаками

На торце подошвы каждого принятого рельса наносят приемочные знаки службы технического контроля предприятия-изготовителя.

5.13.4 Маркировка краской

В зависимости от категории рельса на шейке рельса наносят маркировку краской в соответствии с [2].

5.13.5 Дополнительная маркировка

Допускается на торце рельсов в холодном состоянии наносить дополнительную маркировку.

5.13.6 Маркировка единственным знаком обращения продукции на рынке

5.13.6.1 Рельсы, соответствующие требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь маркировку единственным знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

5.13.6.2 Маркировка единым знаком обращения осуществляется перед выпуском рельсов в обращение на рынке.

5.13.6.3 Единый знак обращения наносится на каждый рельс в холодном состоянии любым способом, не наносящим концентраторов напряжений на поверхности рельса и обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы рельсов.

5.14 Магнитная индукция

Максимальное значение магнитной индукции на поверхности катания головки рельсов не должно превышать 0,7 мТл (данная норма начинает действовать через 2 года после даты введения настоящего стандарта). При превышении нормативного значения проводят размагничивание рельса с повторным контролем величины магнитной индукции. Погрузку рельсов с магнитной индукцией, соответствующей требованиям настоящего стандарта, необходимо осуществлять погружочными устройствами, предусматривающими подъем рельсов без применения магнитов.

5.15 Эксплуатационная надёжность рельсов

5.15.1 Предел выносливости рельсов

Предел выносливости рельсов при испытаниях полнопрофильных проб рельсов должен быть, МПа:

- не менее 300 для рельсов категорий H260 и H300;
- не менее 350 для рельсов категорий H320, H320BC и ДТ370ИК;
- не менее 370 для рельсов категорий ДТ350, ДТ350НН, ДТ350СС, ДТ350ВС.

5.15.2 Циклическая долговечность

Циклическая долговечность при испытаниях на усталость образцов из рельсов на растяжение-сжатие при постоянной амплитуде полной деформации 0,00135 для рельсов всех категорий должна быть не менее $5 \cdot 10^6$ циклов.

5.15.3 Скорость роста усталостной трещины

Скорость роста усталостной трещины для термоупрочненных рельсов при испытаниях образцов из рельсов при размахе коэффициента интенсивности напряжений ΔK равном $10 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$ должна быть не более $17 \text{ м}/10^9$ циклов, а при ΔK равном $13,5 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$ – не более $55 \text{ м}/10^9$ циклов.

5.15.4 Циклическая трещиностойкость

Трещиностойкость (циклическая) K_{fe} при испытаниях полнопрофильных проб рельсов классов твердости 260, 300 и 320 должна быть не менее $26 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$, рельсов класса твердости 350 – не менее $32 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$, рельсов класса твердости 370 – не менее $28 \text{ МПа} \cdot \text{м}^{1/2}$.

5.15.5 Статическая трещиностойкость

Трещиностойкость (статическая) K_{lc} при испытаниях образцов из рельсов в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 14 – Трещиностойкость (статическая) K_{Ic}

Класс твердости рельсов	Трещиностойкость, K_{Ic} , МПа·м ^{1/2} , не менее	
	одного образца	средняя для трех образцов
370 и 350	30	32
320, 300 и 260	24	26

5.15.6 Остаточные напряжения в средней части подошвы рельсов

Остаточные растягивающие напряжения в средней части подошвы рельсов не должны превышать 250 Н/мм².

6 Правила приёмки**6.1 Общие положения**

6.1.1 Испытания для проверки соответствия рельсов требованиям, установленным в 5.2, 5.3.6, 5.4 – 5.15 проводят на этапе освоения производства на опытных образцах в соответствии с ГОСТ 15.001.

В данный вид испытаний включают лабораторные, стендовые и квалификационные испытания.

6.1.2 Для проверки соответствия готовых рельсов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания по 6.2, периодические испытания по 6.5 и сертификационные испытания по 6.6.

6.1.5 Допускается совмещение проводимых квалификационных и сертификационных испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта. Сертификационные испытания являются обязательными для любых производителей и поставщиков, размещающих рельсы на территории Республики Казахстан. В случае положительных результатов испытаний рельсы считаются соответствующими требованиям ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 и настоящего стандарта.

6.1.3 Рельсы, принятые службой технического контроля предприятия-изготовителя, предъявляют представителю заказчика.

Принятые рельсы маркируют приемочными знаками в соответствии с 5.13.3.

6.1.4 Испытания для подтверждения соответствия рельсов требованиям, установленным в 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.3.6, 5.4.1 – 5.4.4, 5.5 – 5.15, проводят на рельсах Р65 классов прочности 300, 320, 350, 370 и результаты распространяют на рельсы других типов и категорий в рамках одного предприятия-изготовителя с учетом способа термоупрочнения.

6.1.5.1 Сертификационные испытания проводят органы по подтверждению соответствия, аккредитованные в соответствии с ИСО/МЭК 65.

6.1.5.2 Все испытания рельсов проводятся в лабораториях, аккредитованных в соответствии с ISO/IEC 17025.

6.1.5.3 Допускается, с согласия владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, подтверждение соответствия и(или) испытания рельсов проводить в уполномоченных органах по сертификации (подтверждению соответствия) и(или) испытательных лабораториях государств-членов Таможенного союза или зарубежных стран, если данная продукция входит в область их аккредитации, а полученные результаты признаются на территории Республики Казахстан в установленном порядке. При этом заказчик должен иметь полный доступ к планам, расчетам, методикам проведения испытаний для непосредственного участия и контроля хода испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ Заказчиком может быть владелец инфраструктуры или его уполномоченный представитель.

6.2 Приемо-сдаточные испытания

6.2.1 Приемо-сдаточные испытания рельсов проводят поплавочно (партиями).

Допускается проводить приемку сборной партии рельсов от разных плавок, отставших по технологическому потоку более чем на 10 суток. В партию допускается объединять только рельсы одного типа, одной марки стали, одного класса профиля, одного класса прямолинейности, одной категории, прошедшие термоупрочнение по одному режиму (для дифференцированно упрочненных рельсов), одновременно предъявляемые к приемке в количестве не более 100 шт.

6.2.2 Рельсы одной плавки или партии, прокатанные или дифференцированно упрочненные с разрывом более 10 суток, подвергают приемно-сдаточным испытаниям как рельсы разных плавок и партий.

6.2.3 Периодичность и объем приемо-сдаточных испытаний рельсов по 5.3.6, 5.4.1, 5.5.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9.1 – 5.9.3, 5.10, 5.11, 5.12.1, 5.12.2, 5.13, 5.14 – в соответствии с Таблицей 15. Отбор проб для приемо-сдаточных испытаний – по 6.3.1 – 6.3.15.

Таблица 15 – Приемо-сдаточные испытания рельсов

Показатель качества рельсов	Периодичность испытаний				Объем Выборки	
	нетермоупрочненные		Дифференцированно упрочненные			
	Рельсы специального применения	Рельсы общего применения	Рельсы специально-го применения	Рельсы общего применения		
Химический состав стали (5.4.1, 5.4.2)			каждая плавка		одна ковшевая проба	
Массовая доля водорода в жидкой стали (5.3.6)			каждая плавка		одно измерение*	
Массовая доля общего кислорода** (5.4.4)	каждая плавка	первая и последняя плавка из серии	каждая плавка	первая и последняя плавка из серии	один образец	
Массовая доля кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях** (5.4.5)	последняя плавка из серии	-	последняя плавка из серии	-	один образец	

Таблица 15 – Приемо-сдаточные испытания рельсов (продолжение)

Показатель качества рельсов	Периодичность испытаний				Объем Выборки	
	Нетермоупрочненные		Дифференцированно упрочненные			
	Рельсы специального применения	Рельсы общего применения	Рельсы специально-го применения	Рельсы общего применения		
Загрязненность неметаллическими включениями** (5.5)	последняя плавка из серии				шесть образцов из четырех проб	
Макроструктура** (5.6)	первая плавка из серии				четыре темпleta	
Механические свойства при растяжении (5.8)	Каждая 20 плавка или последняя плавка из серии				один образец	
Ударная вязкость (5.8)	-	-	каждая плавка		два образца из одной пробы	
Копровая прочность (5.10)	каждая плавка	Каждая 20 плавка или последняя плавка из серии	каждая плавка	Каждая 20 плавка или последняя плавка из серии	одна прoba	
Твердость на поверхности катания головки (5.9.1)	каждая плавка				одна прoba	
Твердость по продольному сечению рельса (5.9.2)	каждая плавка	-	каждая плавка	последняя плавка из серии	одна прoba	
Разность значений твердости на поверхности катания по длине рельса (5.9.3)	не реже одного раза за 8 часов	-	не реже одного раза за 8 часов	не реже одного раза в сутки	в трех местах	
Остаточные напряжения в шейке рельсов (5.11)	не реже одного раза за 8 часов	не реже одного раза в сутки	не реже одного раза за 8 часов	не реже одного раза в сутки	одна прoba	

Таблица 15 – Приемо-сдаточные испытания рельсов (продолжение)

Показатель качества рельсов	Периодичность испытаний				Объем Выборки	
	нетермоупрочненные		Дифференцированно упрочненные			
	Рельсы специального применения	Рельсы общего применения	Рельсы специально-го применения	Рельсы общего применения		
Микроструктура (5.12.1)	Каждая плавка. При устойчивых результатах испытаний – каждая 20-я плавка	-	Каждая плавка. При устойчивых результатах испытаний – каждая 20-я плавка	Каждая 20-я плавка или одна плавка из серии	Одна проба	
Глубина обезуглероженного слоя (5.12.2)**	Каждая плавка. При устойчивых результатах испытаний – каждая 20-я плавка	Каждая 20-я плавка или одна плавка из серии	Каждая плавка. При устойчивых результатах испытаний – каждая 20-я плавка	Каждая 20-я плавка или одна плавка из серии	три образца из одной пробы	
Маркировка (5.13)	каждая плавка				каждый рельс	
Магнитная индукция (5.14)	каждая плавка				каждый рельс	

ПРИМЕЧАНИЕ Устойчивыми результатами контроля микроструктуры, глубины обезуглероживания, считаются такие результаты, которые при первичных испытаниях или после плавки давшей неудовлетворительные результаты имели на пяти подряд испытанных рельсах в плавках результаты, соответствующие требованиям настоящего стандарта.

* На первой плавке в серии проводят два измерения.

** Результаты испытаний, полученные на нетермоупрочненных рельсах, распространяются на рельсы, подвергнутые в дальнейшем термоупрочнению.

6.2.4 Рельсы из стали с массовой долей водорода (см. 5.3.6) свыше 0,00020 % (2,0 ppm) до 0,00025 % (2,5 ppm) включительно подвергают выборочному разрушающему контролю на отсутствие флокенов – на одной пробе от одного из рельсов плавки. При обнаружении флокенов все рельсы данной плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта.

6.2.5 Загрязненность неметаллическими включениями (см. 5.5) рельсов контролируются в соответствии с Таблицей 15.

6.2.6 Приемо-сдаточные испытания по определению механических свойств (см. 5.8) при растяжении проводят на одном образце, ударной вязкости (см. 5.8) – на двух образцах, копровой прочности (см. 5.10) и остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) – на одной пробе.

6.2.7 Твердость на поверхности катания головки и по поперечному сечению рельса (см. 5.9.1, 5.9.2), а также разность значений твердости на поверхности катания по длине

рельса (см. 5.9.3) определяют (см. Таблицу 15) на пробах, вырезанных из рельсов.

Допускается проводить контроль твердости на поверхности катания (см. 5.9.1), по поперечному сечению рельса (см. 5.9.2) и контроль разности значений твердости на поверхности катания по длине рельса (см. 5.9.3) непосредственно на рельсах неразрушающими методами контроля или другим методом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

При этом на поверхности катания зачистка на глубину до 0,5 мм и отпечаток шарика при определении твердости не являются браковочным признаком при оценке качества поверхности рельса для рельсов любого применения, указанного в Таблице 2, кроме СС и ВС. Для рельсов применений СС и ВС отпечатки шарика при определении твердости на поверхности катания не допускаются, при наличии отпечатков шарика допускается перевод таких рельсов в другие категории.

6.2.8 Контроль формы и основных размеров поперечного сечения (см. 5.2.1), длины рельсов (см. 5.2.2), расположения и размеров болтовых отверстий (см. 5.2.3), перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4), прямолинейности (см. 5.2.5) и скручивания (см. 5.2.6) рельсов, качества поверхности, включая горцы и болтовые отверстия (см. 5.6), внутренних дефектов (см. 5.6), маркировки (см. 5.13) и индукции магнитного поля на поверхности катания головки рельса (см. 5.14) проводят на каждом рельсе.

При обеспечении выполнения требований за счет технологии изготовления рельсов допускается проводить выборочный контроль расположения и размеров болтовых отверстий (см. 5.2.3), перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4), качества поверхности торцов и болтовых отверстий (при их наличии) (см. 5.7). Объем выборочного контроля должен быть согласован с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

6.2.9 Для неразрушающего контроля рельсов следует применять методы А, Б, В и Г (см. Приложение И).

Применение методов неразрушающего контроля А, Б и В является обязательным для всех рельсов. По согласованию с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта допускается вместо применения двух методов А и Б применение одного из них: А или Б.

Применение метода Г является обязательным для всех рельсов категорий ДТ350ВС, ДТ350СС, Н320ВС, а для рельсов остальных категорий – по требованию владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Рельсы, идентифицированные средствами контроля как «условно-дефектные» по внутренним дефектам и (или) качеству поверхности, допускается подвергать дополнительному автоматизированному контролю, а также механизированному или ручному контролю (см. Приложение И).

6.3 Отбор проб

6.3.1 Отбор проб для определения химического состава стали (см. 5.4.1 - 5.4.4) – по ГОСТ 7565 и ISO 14284. Пробы для определения химического состава стали отбирают в середине разливки каждой плавки из промежуточного ковша (ковшовая проба).

По требованию владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также при экспертизе, при арбитраже для определения химического состава стали пробы отбирают от контрольных рельсов, а при их отсутствии – от любых рельсов плавки.

6.3.2 Определение массовой доли водорода в жидкой стали (см. 5.3.6) проводят в промежуточном ковше в середине разливки каждой плавки, при этом на первой плавке в серии дополнительно проводят определение в начале разливки.

6.3.3 Для выборочного разрушающего контроля на отсутствие флокенов (см. 5.3.6, 6.1.4) отбирают пробу длиной от 200 мм до 250 мм от одного из рельсов плавки.

6.3.4 Пробы для контроля макроструктуры (см. 5.6.1) отбирают от задних концов рельсов, прокатанных из первой заготовки каждого ручья, или от прилегающей технологической обрези.

Для повторного контроля макроструктуры рельсов пробы отбирают от противоположных концов рельсов или от прилегающих концов смежных рельсов.

6.3.5 Пробы для определения механических свойств при растяжении и ударной вязкости (см. 5.8) отбирают от любого конца раската контрольного рельса.

Пробы для определения массовой доли общего кислорода (см. 5.4.4) и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.5) отбирают в первой плавке серии от любого конца раската рельса и в последней плавке серии – от заднего конца раската рельса.

Допускается при изготовлении рельсов длиной 125 м отбор проб от любого контрольного рельса производить с переднего или с заднего конца.

Допускается в качестве заготовок образцов для анализа кислорода (см. 5.4.4, 5.4.5) использовать головки разрушенных образцов, испытанных на растяжение (см. 5.8).

Допускается проводить отбор заготовок проб для определения массовой доли общего кислорода и массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (см. 5.4.4, 5.4.5) при помощи пил горячей резки.

6.3.6 Пробы для контроля копровой прочности (см. 5.10), остаточных напряжений в шейке (см. 5.11) отбирают от любого термоупрочненного рельса плавки, в состоянии поставки, способом холодной механической резки.

Отбор проб для контроля копровой прочности нетермоупрочненных рельсов (см. 5.10) допускается проводить с помощью пил горячей резки.

6.3.7 Для определения твердости (см. 5.9) при приемо-сдаточных испытаниях используют один из контрольных рельсов. Для контроля твердости на поверхности катания и по поперечному сечению рельса (см. 5.9.1, 5.9.2) отбирают пробы на расстоянии не менее 150 мм от торца рельса. Для контроля разности значений твердости на поверхности катания по длине рельса (см. 5.9.3) отбирают пробы в трех местах: по одной пробе на расстоянии не менее 150 мм от торцов и одну пробу в середине рельса.

6.3.8 Пробы для контроля загрязненности рельсов неметаллическими включениями (см. 5.5) отбирают от задних концов рельсов, в количестве указанном в Таблице 15. Из каждого образца, изготовленного из проб (см. Таблицу 15) изготавливают один шлиф. Количество шлифов, недостающее до регламентированного (6 штук), готовят из тех же образцов.

6.3.9 Пробы для контроля микроструктуры (см. 5.12.1) отбирают от одного из контрольных рельсов.

6.3.10 Пробы для контроля глубины обезуглероженного слоя (см. 5.12.2) отбирают на пилах горячей резки.

6.3.11 Для контроля маркировки (см. 5.13) и магнитной индукции (см. 5.14) отбирают каждый рельс каждой плавки.

6.3.12 Пробы для других видов испытаний вырезают из любого раската или рельса плавки.

6.3.13 При документально подтвержденном отсутствии контрольных рельсов для изготовления проб допускается использовать один любой рельс данной плавки.

6.3.14 Все отобранные пробы клеймят номером рельса и другими идентификационными клеймами по технической документации предприятия-изготовителя.

6.3.15 Пробы для определения остаточных напряжений в шейке (см. 5.11) следует отбирать на расстоянии не менее 3 м от торцов, от шести рельсов разных плавок и ручьев разливки.

6.3.16 Пробы для оценки соответствия рельсов требованиям, установленным в 5.15

следует отбирать:

- на расстоянии не менее 3 м от торцов, от трех рельсов разных плавок и ручьев разливки – для определения предела выносливости (см. 5.15.1), циклической долговечности (см. 5.15.2), скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3), циклической трещиностойкости K_{fc} (см. 5.15.4), статической трещиностойкости K_{Ic} (см. 5.15.5);
- на расстоянии не менее 3 м от торцов, от шести рельсов разных плавок и ручьев разливки – для определения остаточных напряжений в подошве (см. 5.15.6) рельсов.

6.4 Порядок приемки рельсов при отрицательных результатах контроля

6.4.1 В случае отрицательного результата контроля массовой доли общего кислорода [свыше 0,0030 % (30 ppm)] проводят повторный контроль на удвоенном количестве проб, взятых от противоположного конца данного контрольного рельса. При хотя бы одном отрицательном результате повторного контроля все рельсы данной плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. При этом допускается перевод рельсов плавки в другие категории, требованиям к которым удовлетворяют полученные результаты.

При массовой доле общего кислорода свыше 0,0020 % (20 ppm) до 0,0030 % (30 ppm) включительно проводят контроль последовательно на рельсах смежных плавок в данной серии с отбором проб по 6.2.5 до получения положительного результата [не более 0,0020 % (20 ppm)]. Предельно допустимая месячная доля плавок с массовой долей кислорода свыше 0,0020 % (20 ppm) до 0,0030 % (30 ppm) включительно определена по 5.4.4.

6.4.2 В случае отрицательного результата контроля массовой доли кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях более 0,0010 % (10 ppm) проводят повторный контроль на удвоенном количестве проб, взятых от противоположного конца данного контрольного рельса. При хотя бы одном отрицательном результате повторного контроля все рельсы данной плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта для рельсов специального применения.

При массовой доле кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях свыше 0,0010 % (10 ppm) проводят контроль последовательно на рельсах предыдущих плавок в данной серии с отбором проб по 6.2.5 до получения положительного результата [не более 0,0010 % (10 ppm)].

6.4.3 В случае отрицательных результатов контроля загрязненности неметаллическими включениями рельса хотя бы по одному параметру (см. 5.5.1 – 5.5.3) все контрольные рельсы данной плавки считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта и проводят повторный контроль на пробах, взятых от противоположных концов рельсов, не выдержавших контроля, или на пробах, взятых от смежных рельсов.

В случае отрицательных результатов повторного контроля все рельсы контролируемой плавки признают не соответствующими требованиям настоящего стандарта. Дальнейший контроль должен производиться последовательно на рельсах из предыдущих плавок данной серии до получения положительного результата.

6.4.4 В случае отрицательных результатов контроля макроструктуры рельса данный рельс контролируемой плавки признается не соответствующими требованиям настоящего стандарта. На остальных рельсах этой плавки допускается проводить последовательный повторный контроль макроструктуры на смежных рельсах до выявления рельсов, макроструктура которых соответствует требованиям настоящего стандарта.

6.4.5 Для рельсов применения НН в случае, если при повторных испытаниях на ударную вязкость при температуре минус 60 °С величина ударной вязкости составляет не менее 15 Дж/см², то допускается перевод рельсов в другие категории без проведения дополнительных испытаний на ударную вязкость при комнатной температуре.

6.4.6 При отрицательных результатах определения твердости на поверхности катания или по поперечному сечению проводят повторное определение твердости на удвоенном количестве проб, отобранных от того же рельса, или на том же контрольном рельсе с удвоенным количеством измерений.

В случае отрицательных результатов повторного определения твердости рельсов хотя бы по одному измерению все рельсы данной плавки допускается рассортировывать поштучно по твердости. Рельсы с неудовлетворительной твердостью допускается перевозить в соответствующую категорию твердости.

6.4.7 В случае получения при приемо-сдаточных испытаниях отрицательного результата контроля остаточных напряжений в шейке проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, отобранных от того же контрольного рельса.

В случае получения отрицательного результата повторного контроля остаточных напряжений в шейке контролируемые нетермоупрочненные и дифференцированно упрочненные рельсы признают не соответствующими настоящему стандарту и проводят контроль последующих рельсов до получения положительного результата.

Дальнейший контроль остаточных напряжений в шейке рельсов проводят в соответствии с требованиями Таблицы 15.

6.4.8 В случае получения при приемо-сдаточных испытаниях на растяжение, ударную вязкость, или копровую прочность отрицательного результата проводят повторные испытания того вида, по которому получен отрицательный результат, на удвоенном количестве образцов (проб), отобранных от того же контрольного рельса.

При отрицательных результатах повторного контроля копровой прочности, или механических свойств при растяжении, или ударной вязкости последующий контроль рельсов по контролируемому показателю проводят поплавочно до получения устойчивых положительных результатов, при которых у четырёх подряд прокатанных или термически упрочненных и подвергнутых контролю плавок этот показатель удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

6.4.9 При отрицательных результатах контроля обезуглероженного слоя проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, отобранных от того же контролируемого рельса. При получении отрицательных результатов повторных испытаний контролируют последовательно следующие рельсы до получения устойчивого положительного результата.

6.4.10 При отрицательных результатах повторного контроля все рельсы контролируемых плавок считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта.

Допускается в случае получения отрицательных результатов повторного контроля механических свойств при растяжении, или ударной вязкости, или копровой прочности, или твёрдости, или разности значений твёрдости по длине рельса, или остаточных напряжений в шейке рельсов, или микроструктуры, или прямолинейности, или скручивания подвергать рельсы однократной повторной термической обработке в соответствии с Приложением К и предъявлять к приемке как новую плавку.

6.5 Периодические испытания

6.5.1 Рельсы, отобранные для проведения периодических испытаний, должны соответствовать требованиям, установленным в 6.1.4. Периодические испытания проводят с целью проверки выполнения требований в соответствии с 5.15.1-5.15.6.

Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года. Отбор проб для периодических испытаний проводят в соответствии с 6.3.16.

6.5.2 Испытания на статическую трещиностойкость K_{Ic} (см. 5.15.5), циклическую долговечность при усталостных испытаниях (см. 5.15.2), скорость роста усталостной тре-

чины (см. 5.15.3) проводят на образцах, изготовленных из проб, отобранных согласно 6.3.16.

6.5.3 Испытания рельсов для определения предела выносливости (см. 5.15.1) и циклической трещиностойкости K_{fc} (см. 5.15.4), остаточных напряжений в средней части подошвы рельсов (см. 5.15.6) проводят на полнопрофильных пробах рельсов, отобранных согласно 6.3.16.

6.6 Сертификационные испытания

6.6.1 Для контроля показателей по 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6, 5.7, 5.13 отбирают шесть рельсов, прошедших приемо-сдаточные испытания за последние десять суток.

6.6.2 Контроль показателей по 5.3.6, 5.4.1 – 5.4.4 проводят на рельсах одной плавки.

6.6.3 Контроль загрязненности рельсов неметаллическими включениями (см. 5.5) проводят на шести образцах одного рельса одной плавки.

6.6.4 Для контроля макроструктуры (см. 5.6) отбирают один рельс от одной плавки.

6.6.5 Механические свойства рельсов (см. 5.8) контролируют на шести образцах из одного рельса.

6.6.6 Твердость (5.9) контролируют на одном рельсе.

6.6.7 Контроль копровой прочности рельсов (см. 5.10) проводят на трех полнопрофильных пробах из одного рельса.

6.6.8 Контроль остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) проводят на одной полнопрофильной пробе из одного рельса.

6.6.9 Микроструктуру металла (см. 5.12) контролируют на одной пробе из одного рельса.

6.6.10 Определение предела выносливости (см. 5.15.1) рельсов проводят на шести пробах из одного рельса.

6.6.11 Циклическую долговечность (см. 5.15.2) при испытаниях на усталость определяют на трех образцах из одного рельса.

6.6.12 Определение скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3) проводят на двух образцах из одного рельса.

6.6.13 Циклическую трещиностойкость K_{fc} (см. 5.15.4) определяют на шести образцах из одного рельса, статическую трещиностойкость K_{Ic} (см. 5.15.5) – на трех.

6.6.14 Остаточные напряжения в подошве рельсов (см. 5.15.6) контролируют на полнопрофильных пробах от шести рельсов.

Рельсы считают выдержавшими испытания для подтверждения соответствия, если по всем показателям получены положительные результаты.

7 Методы контроля

7.1 Контроль размеров и формы поперечного сечения рельсов

7.1.1 Размеры и форму поперечного сечения рельсов (см. 5.2.1) контролируют автоматизированными средствами контроля, обеспечивающими требуемую точность.

7.1.2 Допускается проведение контроля размеров и формы поперечного сечения шаблонами. Вид шаблонов, рекомендуемых для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов, приведен в Приложении Е. Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельса должны соответствовать классу точности изготовления профиля рельсов определенного типа.

При контроле шаблонами размеры и форму поперечного сечения рельсов контролируют на расстоянии от 100 мм до 500 мм от торца, толщину шейки – у торца.

7.2 Контроль длины рельсов

Длину рельсов (см. 5.2.2) измеряют лазерным измерителем длины, или рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502, или другим способом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

7.3 Контроль диаметра болтовых отверстий

Контроль диаметра болтовых отверстий, размеров, определяющих их расположение (см. 5.2.3), проводят с применением шаблонов (см. Приложение Е). При арбитраже контроль рельсов проводят шаблонами (см. Приложение Е).

7.4 Контроль перпендикулярности торцов рельсов

Контроль перпендикулярности торцов рельсов (см. 5.2.4) проводят с помощью угольника поверочного марки УП-2-250 с углом 90° по ГОСТ 3749 и набора щупов плоских по ГОСТ 8925.

7.5 Контроль прямолинейности рельсов

Прямолинейность рельсов в целом (см. 5.2.5) предварительно контролируют визуально.

Кривизну рельсов длиной менее 25 м в целом определяют вручную по стреле прогиба, которую измеряют по хорде (по наибольшему зазору между поверхностью рельса и стальной струной, натянутой между его концами) с помощью щупов плоских по ГОСТ 8925, имеющих свидетельство о поверке.

Кривизну рельсов длиной более 25 м, лежащего на подошве или головке, определяют как зазор между центром основания подошвы и прилегающей плоскостью с помощью щупов плоских по ГОСТ 8925.

7.6 Контроль отклонения рельсов от прямолинейности

Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью утверждения типа или метрологической аттестации и поверке. испытательное оборудование подлежит аттестации в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов в области обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

7.6.1 Отклонение рельсов от прямолинейности (см. 5.2.5) во всех зонах определяют с помощью автоматизированных средств контроля.

7.6.2 При отсутствии автоматизированного контроля прямолинейности рельсов на концах и в переходных зонах контроль этих участков рельсов должен быть выполнен вручную с помощью контрольных линеек по ГОСТ 427, щупов по ГОСТ 8925 в соответствии с Приложением Д.

Отклонение рельсов от прямолинейности следует определять по наибольшему зазору между поверхностью головки рельса и контрольной линейкой (по хорде или касательной) с помощью щупов плоских по ГОСТ 8925.

При определении отклонения концов рельсов от прямолинейности в вертикальной плоскости вниз точка начала отклонения поверхности рельса от контрольной линейки должна быть расположена на расстоянии не менее 0,6 м от торца (см. Таблицу Д.2, Приложения Д).

7.6.3 В спорных случаях контроль прямолинейности в любом месте рельсов проводят вручную средствами измерения по 7.6.2 и в соответствии с Приложением Д.

7.7 Контроль скручивания рельсов

7.7.1 Скручивание рельсов (см. 5.2.6) определяют с помощью автоматизированных средств контроля по методикам «определения прочности при кручении стальных элементов».

7.7.2 Скручивание рельса определяют как зазор между краем основания подошвы и прилегающей плоскостью в соответствии с Таблицей Д.1.

Допускают определение скручивания рельса вручную с помощью шаблона, как указано на Рисунке Е.15, прикладывая шаблон до соприкосновения с рельсом трех опор: двух – на расстоянии 1 м от торца рельса и одной – у торца рельса, и измеряя зазор между четвертой опорой шаблона и нижней (опорной) поверхностью подошвы у торца рельса.

7.7.3 Скручивание рельса при контроле вручную определяют по зазору между четвертой опорой и краем подошвы в положении рельса «стоя на подошве» с помощью плоских щупов по ГОСТ 8925.

Допускается применение специальных щупов все средства, обеспечивающих достоверность результатов не ниже указанных выше.

7.8 Контроль химического состава

Определение химического состава стали рельсов (5.4.1 - 5.4.5), проводят по ГОСТ 22536.1 – ГОСТ 22536.5, ГОСТ 22536.7 – ГОСТ 22536.12, ГОСТ 17745, ГОСТ 18895, ГОСТ 28033, ГОСТ Р 54153.

Массовую долю водорода в жидкой стали (5.3.6) определяют по равновесному парциальному давлению водорода с применением системы зондового измерения.

Массовую долю общего кислорода (5.4.4) определяют по ГОСТ 17745, массовую долю кислорода в высокоглиноземистых оксидных включениях (5.4.5) определяют при помощи фракционного газового анализа методом восстановительного плавления в потоке инертного газа-носителя в режиме импульсного нагрева, когда температура в печи анализатора практически мгновенно достигает от 2000 °C до 2500 °C.

Химический состав стали допускается определять другими методами, не уступающими стандартизованным методам по точности измерений.


7.9 Контроль рельсов на отсутствие флокенов

Для выборочного разрушающего контроля на отсутствие флокенов (см. 5.6) из пробы, отобранный по 6.3.3, методами холодной механической резки и обработки (стружки, фрезеровки, шлифовки) в соответствии с требованиями ГОСТ 10243 изготавливают продольный темплет в вертикальной продольной плоскости симметрии рельса. Контроль отсутствия флокенов проводят визуально на подготовленной поверхности темплета после ее глубокого травления по ГОСТ 10243. Условия проведения контроля – по ГОСТ 10243.

7.10 Контроль загрязнённости неметаллическими включениями

7.10.1 Образцы для контроля неметаллических включений изготавливают в соответствии с Рисунком 4, при этом черновую поверхность рельса не удаляют.

Размеры в мм

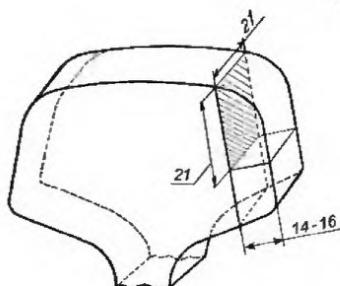**Рисунок 4 - Схема расположения шлифа для контроля неметаллических включений**

Допускается снятие фасок размером не более $3 \text{ мм} \times 3 \text{ мм}$ на углах боковых граней шлифов. Область на полированной плоскости шлифа, на которой проводят контроль, должна быть размером не менее $15 \text{ мм} \times 15 \text{ мм}$. Края шлифа на ширину до 3 мм не контролируют.

7.10.2 Контроль загрязненности рельсов неметаллическими включениями (см. 5.5) проводят методами оценки Р и К с определением параметров P_D , P_L и K_a на металлографическом микроскопе с применением автоматической системы анализа изображений или с помощью визуального контроля путем сравнения с серией эталонных изображений (см. Приложение Л).

7.11 Контроль внутренних дефектов и дефектов макроструктуры

7.11.1 Для проверки отсутствия внутренних дефектов и дефектов макроструктуры (см. 5.6) используют сплошной неразрушающий ультразвуковой контроль рельсов методами в соответствии с Приложением Е (см. 5.6.2) и выборочный разрушающий контроль.

При подозрении на наличие дефекта допускается вскрывать его путем механических испытаний с оценкой дефекта по излому.

При выборочном разрушающем контроле из пробы, отобранный согласно 6.3.4, методами холодной резки и механической обработки (строжка, фрезеровка, шлифовка) изготавливают поперечный темплет полного сечения рельса. Контроль проводят визуально после глубокого травления подготовленной поверхности темплета по ГОСТ 10243.

Допускается контроль макроструктуры проводить снятием серных отпечатков по Бауману по методике, указанной в ГОСТ 10243, с поперечных темплетов полного сечения рельса или непосредственно с торцов рельсов после соответствующей их подготовки.

7.11.2 Оценку дефектов макроструктуры (см. 5.6.1) проводят по шкале в соответствии с Приложением Ж.

7.12 Контроль качества поверхности рельсов

Контроль качества поверхности рельсов (см. 5.7.1 – 5.7.5) выполняют средствами неразрушающего контроля в соответствии с Приложением И, и визуально. Поверхности торцов, болтовых отверстий и фасок (см. 5.7.6, 5.7.7) контролируют визуально.

При необходимости используют пробную вырубку или другой способ, гарантирующий правильность определения вида и размеров дефекта. Раздвоение стружки при вырубке считают признаком дефекта.

7.13 Контроль механических свойств

7.13.1 Определение механических свойств рельсов (см. 5.8) при испытании на растяжение проводят по ГОСТ 1497 при комнатной температуре (от 15 °C до 22 °C) на цилиндрических образцах типа III № 6 диаметром 6 мм и начальной расчетной длиной рабочей части 30 мм.

Заготовки для изготовления образцов стали вырезают из головки проб из зоны выкружки возможно ближе к поверхности катания вдоль направления прокатки.

7.13.2 Определение ударной вязкости стали рельсов (см. 5.8) проводят по ГОСТ 9454 при комнатной температуре (от 15 °C до 22 °C) на образцах типа 1.

Заготовки для изготовления образцов стали для испытаний на ударную вязкость вырезают из головки проб из зоны выкружки возможно ближе к поверхности катания вдоль направления прокатки. Надрез на образце наносят со стороны поверхности катания головки рельса.

Оценку производят по наименьшему значению ударной вязкости двух образцов.

7.13.3 Образцы перед испытанием на растяжение (см. 7.11.1) и на ударную вязкость (см. 7.11.2) допускается выдерживать до 6 ч при температуре не более 200 °C.

7.14 Контроль твёрдости рельсов

7.14.1 Твёрдость рельсов (см. 5.9) контролируют с помощью приборов Бринелля по ГОСТ 9012 с шариком диаметром 10 мм при величине испытательной нагрузки 2942 Н (3000 кгс) и продолжительности выдержки под нагрузкой от 10 с до 15 с с использованием автоматизированных систем. Допустимо использование ручного метода определения размера отпечатка.

Допустимо определять твердость с использованием твердосплавного шарика диаметром 2,5 мм при испытательной нагрузке 1839 Н (187,5 кгс) и продолжительности выдержки под нагрузкой от 10 с до 15 с.

В спорных случаях и при арбитраже следует использовать стационарные приборы Бринелля с шариком диаметром 10 мм.

7.14.2 Место определения твердости на поверхности катания рельса или темплета, вырезанного из пробы, отобранный согласно 6.3.7, должно быть зачищено для удаления окалины и обезуглероженного слоя металла на глубину не более 0,5 мм. Шероховатость зачищенной поверхности должна быть не более R_z 25 по ГОСТ 2789.

7.14.3 Разность твердости на поверхности катания по длине рельсов и проб определяют на средней линии поверхности катания (см. точку 1 на Рисунке 3) по трем замерам с интервалом не менее 25 мм на каждой из трех проб, отобранных от концов и средней части рельса, или на рельсе.

7.15 Контроль копровой прочности рельсов

Контроль прочности рельсов производят с помощью копра по ГОСТ 9454 (см. 5.10) на полнопрофильной пробе длиной (1300 ± 50) мм, отобранный по 6.3.6.

Пробу устанавливают горизонтально головкой вверх на две цилиндрические опоры с радиусами закругления (125 ± 2) мм и расстоянием между осями опор (1000 ± 5) мм и

подвергают однократному удару грузом массой (1000 ± 3) кг, падающим с заданной высоты. Радиус закругления бойка падающего груза – (125 ± 2) мм.

Высота, с которой груз падает, температура пробы и критерий испытания указаны в 5.9 Таблицы 13.

7.16 Контроль остаточных напряжений в шейке рельсов

Контроль остаточных напряжений в шейке рельса (см. 5.11) проводят с помощью штангенциркуля 1-го или 2-го класса точности на полнопрофильной пробе длиной (600 ± 3) мм, отобранный по 6.3.6. Пробу прорезают рельсорезным станком с ножовочным полотном в холодном состоянии по нейтральной оси рельса на длину (400 ± 3) мм. Ширина прорезаемого паза должна быть (6 ± 1) мм.

Остаточные напряжения в шейке рельса определяют по расхождению паза как разницу высоты рельса ($H_2 - H_1$) по оси у торца пробы до и после прорезания паза, в соответствии со схемой Рисунка 5.


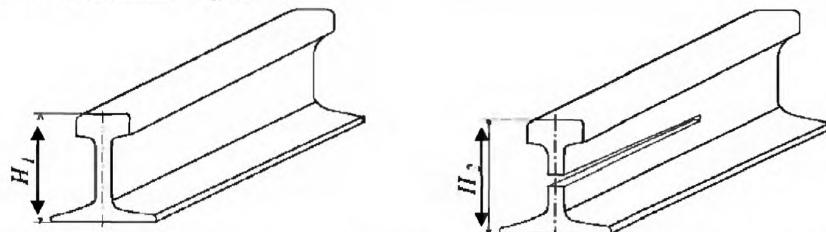


Рисунок 5 – Схема определения остаточных напряжений в шейке рельсов

7.17 Контроль микроструктуры

7.17.1 Микроструктуру металла (см. 5.12) контролируют по ГОСТ 8233 на поперечном шлифе, изготовленном из зоны выкружки головки рельса в соответствии с Рисунком ба. Контролируемая зона находится на расстоянии более 2 мм от поверхности рельсов. Контроль выполнения требований 5.12.1 проводят с использованием оптического микроскопа при увеличении, соответствующем применяемой шкале.

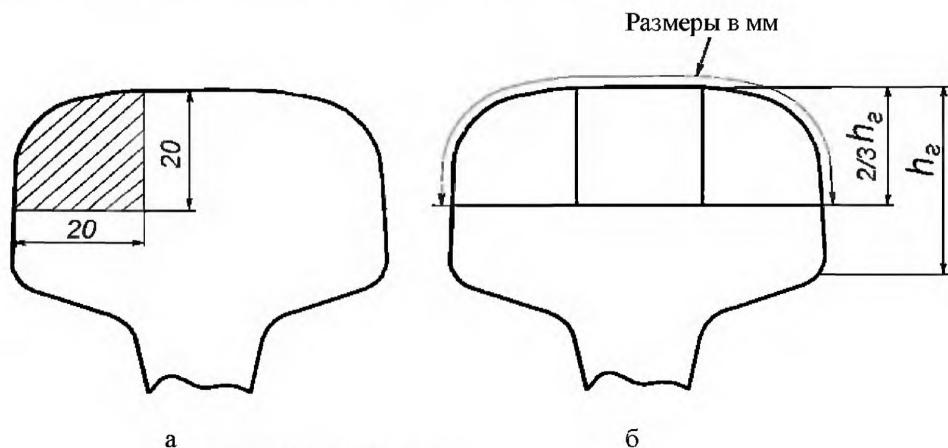

Зона контроля показана стрелкой,
 h_e – высота головки

Рисунок 6 – Схема расположения в головке рельса образцов для контроля микроструктуры (а) и глубины обезуглероженного слоя (б)

7.17.2 Глубину обезуглероженного слоя (см. 5.12.2) контролируют визуально с помощью оптического микроскопа при увеличении от 90 \times до 110 \times на трех травленых шлифах, вырезанных, как указано на Рисунке 6б, по глубине h_r распространения ферритной сетки, считая от поверхности рельса до границы непрерывной ферритной сетки, как показано на Рисунке 6.

Оценка соответствия требованиям 5.12.2 – по наибольшей глубине обезуглероженного слоя.

Допускается контроль обезуглероженного слоя по твердости. Для этого на образце из головки рельса после минимальной шлифовки со стороны поверхности катания (не более

0,5 мм) измеряют твердость в трех точках по осевой линии поверхности катания. Результат считают положительным, если все три полученных значения твердости не ниже минимальной величины твердости, указанной для данной категории рельсов, более чем на 7 НВ (HBW).

ПРИМЕЧАНИЕ Методики контроля установлены в европейском стандарте [1].

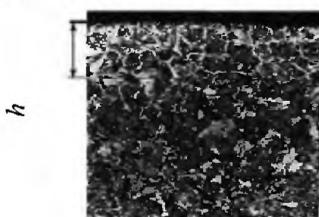


Рисунок 7 – Схема оценки глубины обезуглероженного слоя в головке рельса на травленом микрошлифе

7.18 Контроль маркировки рельсов

Контроль маркировки рельсов (см. 5.13) проводят для каждого рельса визуальным осмотром или с помощью автоматизированных систем.

7.19 Контроль магнитной индукции

7.19.1 Значения магнитной индукции (см. 5.14) на поверхности катания головки рельсов после контроля геометрических размеров и прямолинейности рельсов, контролируют методами магнитных измерений: феррозондовым, магнитной локации.

7.19.2 Измерения магнитной индукции допускается проводить в диапазоне температур окружающей среды от минус 40 °C до 60 °C.

7.19.3 Средства измерений должны обеспечивать измерение магнитной индукции в диапазоне от 0,2 мТл до 100 мТл и иметь максимальную допускаемую относительную погрешность измерения магнитной индукции при наибольшем значении диапазона измерений $\pm 10\%$.

7.19.4 Перед проведением измерений рельсы размещают на стеллаже.

7.19.5 Измерения магнитной индукции на поверхности катания головки рельсов осуществляют по всей длине рельсов непрерывно или с интервалом не более 1,0 м в зависимости от конструкции применяемых средств измерений. Полученные результаты измерений оформляют в виде графиков распределения магнитной индукции по длине рельсов при непрерывном измерении или в виде протокола измерений с Таблицей значений магнитной индукции для каждого рельса, измеренной с интервалом не более 1,0 м.

7.19.6 По результатам измерений определяют наибольшее значение магнитной индукции, которое вносят в паспорт по ГОСТ 2.601, отгружаемой партии рельсов в соответствии с 8.3.

7.20 Контроль эксплуатационной надежности рельсов

7.20.1 Контроль предела выносливости

7.20.1.1 Определение предела выносливости (5.15.1) рельсов проводят с помощью гидравлического пресса мощностью 1000 кН путем испытаний полнопрофильных проб длиной $(1200 + 10)$ мм, вырезанных из рельсов методами холодной механической резки, методом циклического нагружения. Схема нагружения – плоский трехточечный симметричный изгиб. Расстояние между нижними опорами (1000 ± 5) мм. Верхний пуансон устанавливают посередине между опорами (500 ± 5) мм. Пробы испытывают при мягком нагружении (управление по усилию) в положении рельса «головкой вниз» при асимметрии цикла нагружения 0,1 млн. циклов. База испытаний 2 млн. циклов.

От каждого рельса должно быть испытано не менее шести проб (образцов).

7.20.1.2 Испытания по определению предела выносливости проводят в диапазоне температур окружающей среды от 15 °C до 35 °C.

7.20.1.3 Испытания проб по определению предела выносливости проводят с помощью гидравлического пресса, способного обеспечить максимальную нагрузку цикла нагружения, равную 1000 кН, с максимальной относительной погрешностью $\pm 2\%$ и частотой нагружения не более 20 Гц при максимальной относительной погрешности $\pm 2\%$.

Величина нагрузки, действующей на образец, во время его испытания должна циклически меняться от максимального значения, выбранного в соответствии с применением испытуемых рельсов, до минимального при асимметрии цикла нагружения 0,1 млн. цикла. В течение испытаний каждого образца выбранный для него режим нагружения, т.е. равномерный режим должен поддерживаться постоянно.

7.20.1.4 Каждую из шести проб испытывают до разрушения или до прохождения пробой базы испытаний. По окончании испытания пробы регистрируют максимальную нагрузку цикла нагружения, число циклов до разрушения или значение базы испытаний.

7.20.1.5 Проведение испытаний на прочность, применяемых средств измерений и оборудования осуществляют в соответствии с ГОСТ 25.502.

7.20.2 Контроль циклической долговечности

7.20.2.1 Циклическую долговечность (см. 5.15.2) при испытаниях на усталость определяют по ГОСТ 25.502 при жестком нагружении (управление по деформации) образцов с постоянной амплитудой полной деформации (продольной), равной 0,00135. Схема нагружения – циклическое растяжение–сжатие. Контроль амплитуды деформации в процессе усталостных испытаний осуществляют с использованием двухконсольного датчика тензорезисторного типа (экстензометра), установленного на рабочую часть образца.

От рельса должно быть испытано (до разрушения) не менее трех образцов.

ПРИМЕЧАНИЕ Основные размеры образцов в методике испытаний установлены в европейском стандарте [1].

7.20.2.2 Образцы для испытаний должны быть изготовлены из рельсов в соответствии с Рисунками 8 и 9. Рабочая часть образцов относится к типу II по ГОСТ 25.502, имеет номинальные размеры: $d = 7,00$ мм, $l = 12$ мм, $R = 26$ мм, и должна быть изготовлена в

соответствии с ГОСТ 25.502 (см. пункты 1.4, 1.5 и 1.7 – 1.10).

При изготовлении образцов соблюдаются следующие дополнительные требования:

- центровочные отверстия должны быть соосны, резьбы на обеих головках должны быть соосны с допуском ЕРС, равным 0,01 мм (обеспечивают оборудованием и технологией изготовления);

- допуск цилиндричности рабочей части (см. обозначение «A» на Рисунке 9) TFZ – 0,01 мм;

- допуск круглости рабочей части TFE – 0,01 мм;

- не указанные на Рисунке 9 допуски – $\pm 0,2$ мм;

- галтели радиуса 26 мм должны переходить в цилиндрическую рабочую часть плавно по сопряжению (без подреза или оставления ступеньки);

- маркировку образцов наносят на обоих торцах заготовки перед началом проточки галтелей и цилиндрической рабочей части.

7.20.2.3 Испытания на циклическую долговечность проводят в помещении при температуре воздуха от 15 °C до 35 °C, относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Образцы перед испытаниями должны иметь температуру от 15 °C до 35 °C.

7.20.2.4 Средства измерений или оборудование должны обеспечивать циклическую нагрузку не менее 100 кН и иметь максимальную допускаемую относительную погрешность измерения ± 3 %. Максимальная относительная погрешность датчика ± 2 %

7.20.2.5 Остальные требования к оборудованию, средствам измерений, а также порядок проведения испытаний – по ГОСТ 25.502.

Размеры в мм

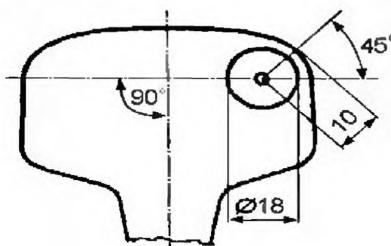


Рисунок 8 – Схема расположения образца для испытания на циклическую долговечность при растяжении-сжатии

Размеры в мм

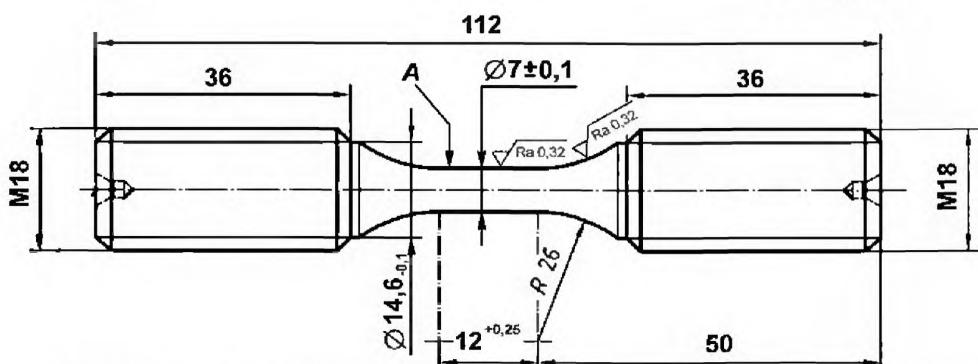


Рисунок 9 – Вид и основные размеры образца для испытаний стали на циклическую долговечность при растяжении-сжатии

7.20.2.6 Для проведения испытаний по определению циклической долговечности при растяжении-сжатии образец устанавливают в захваты испытательной машины, оснащенные резьбой с соответствующими образцу геометрическими размерами.

К образцу прикладывают продольную одноосную циклическую нагрузку с коэффициентом асимметрии цикла нагружения минус 1, частотой нагружения – от 5 Гц до 50 Гц. База испытаний – 5 млн. циклов нагружения.

Испытания прекращают при образовании трещины или излома образца или по достижении базы испытаний.

Результатом испытания является оценка: выдержал или нет образец испытание на базе 5 млн. циклов нагружения.

Результаты испытаний считаются положительными, если по достижении базы испытаний изломы и трещины во всех испытанных образцах отсутствуют или образование трещин или изломов образцов произошло при количестве циклов нагружения, превышающем базу испытаний.

Результаты испытаний считаются отрицательными, если образование трещины или излома хотя бы одного образца произошло при количестве циклов нагружения, меньшем базы испытаний.

7.20.3 Контроль скорости роста усталостной трещины

7.20.3.1 Определение скорости роста усталостной трещины (см. 5.15.3) рельсов при испытаниях на циклическую трещиностойкость проводят путем механических испытаний образца. Частота нагружения должна находиться в интервале от 5 Гц до 40 Гц, размах коэффициента интенсивности напряжений ΔK при испытаниях должен быть установлен 10 МПа· $m^{1/2}$ и 13,5 МПа· $m^{1/2}$.

Механические испытания включают два этапа:

- циклические испытания образца по схеме трехточечного изгиба, которые проводят с целью выращивания начальной усталостной трещины от концентратора напряжений в виде надреза;

- циклические испытания образца по схеме трехточечного изгиба с выращенной усталостной трещиной с целью определения скорости ее роста.

Испытывают не менее двух образцов от рельса. Схема расположения, вид и основные размеры образцов представлены на Рисунках 10 и 11. Ширина надреза, обозначенная «*а*» на Рисунке 11, должна быть не более 3,5 мм.

7.20.3.2 Испытания проводят при температуре воздуха от 15 °C до 35 °C, относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Образцы перед испытаниями должны иметь температуру от 15 °C до 35 °C.

7.20.3.3 Средства измерений, испытательное оборудование должны обеспечивать циклическую нагрузку не менее 70 кН и иметь максимальную относительную погрешность измерения нагрузки $\pm 1\%$. Средства измерений для контроля размера трещины должны обеспечивать диапазон измерения от 0 мм до 250 мм с ценой деления 0,1 мм, для контроля температуры образца – диапазон измерения от минус 20 °C до плюс 60 °C, погрешность $\pm 1\%$.

7.20.3.4 Для проведения испытаний по определению скорости роста усталостной трещины образец устанавливают на опоры испытательной машины, расположенные на расстоянии (180 ± 1) мм друг от друга, таким образом, чтобы предварительно нанесенный надрез находился в зоне действия растягивающих напряжений. Перед установкой на опоры испытательной машины на боковые поверхности образца, перпендикулярно оси надреза наносят метки в виде рисок, расположенныхных на расстоянии $(1,0 \pm 0,1)$ мм друг от друга. Первую метку наносят на расстоянии $(1,0 \pm 0,1)$ мм от конца надреза. По данным меткам

контролируют длину трещины как при ее выращивании до начального размера, так и при испытаниях по определению скорости роста трещины.

Для создания усталостной трещины начального размера к образцу прикладывают циклическую нагрузку с коэффициентом асимметрии цикла напряжений, равным плюс 0.5 с частотой нагружения от 5 Гц до 40 Гц. При этом максимальную нагрузку цикла P_{\max} выбирают таким образом, чтобы она соответствовала действию максимального напряжения в острье надреза образца, указанному в формуле:

$$\sigma_{\max} = (0,5 - 0,6) \cdot \sigma_{0,2}, \quad (1)$$

где $\sigma_{0,2}$ – условный предел текучести стали рельсов.

Максимальную нагрузку цикла P_{\max} , соответствующую максимальному напряжению σ_{\max} , определяют по формуле:

$$P_{\max} = \frac{4W\sigma_{\max}}{L}, \quad (2)$$

где L – расстояние между опорами ($L=(180\pm1)$ мм).

W – момент сопротивления сечения образца с надрезом, который для образца, изготовленного в соответствии с Рисунками 10 и 11, составляет $W=4083$ мм³.

Минимальную нагрузку цикла нагружения P_{\min} определяют по формуле:

$$P_{\min} = 0,5 \times P_{\max}, \quad (3)$$

Длина начальной трещины должна составлять с обеих сторон образца (12 ± 1) мм с учетом длины надреза, которая в соответствии с Рисунком 11 составляет ($10,0,2$) мм.

После достижения усталостной трещиной начальной длины (12 ± 1) мм начинают второй этап циклических испытаний, на протяжении которого образец с предварительно выращенной трещиной циклически нагружают нагрузками P_{\max} и P_{\min} . Нагружение осуществляют до достижения трещиной длины (21 ± 1) мм с учетом длины надреза или до излома образца, в том случае, если излом произойдет при меньшей длине трещины.

В процессе испытаний с интервалом 1 мм по заранее нанесенным меткам осуществляют измерения прироста трещины с обеих сторон образца ΔL_1 и ΔL_2 , определяемые как разность между длиной трещины в момент измерения и начальной длиной трещины (12 ± 1) мм, и фиксируют соответствующие значениям прироста длин трещины количества циклов нагружения N_1 и N_2 . Наибольшее количество точек измерения с интервалом 1 мм составит

$21 - 12 = 9$. Количество точек измерения может быть меньше 9, в случае, когда излом образца происходит до достижения длины 21 мм.

Для каждого измеренного значения прироста трещины с двух сторон образца ΔL_1 и ΔL_2 определяют скорости роста трещины V_1 и V_2 по формулам:

$$V_1 = \frac{\Delta L_1}{N_1}, \quad (4)$$

$$V_2 = \frac{\Delta L_2}{N_2}, \quad (5)$$

Для каждой точки измерения i определяют среднеарифметическое по скоростям роста трещины с обеих сторон образца (V_1 и V_2) значение скорости роста трещины \bar{V}_i по формуле:

$$\bar{V}_i = \frac{V_1 + V_2}{2}, \quad (6)$$

Для каждой точки измерения i определяют значение коэффициента интенсивности напряжений K_i по формулам:

$$K_i = \frac{6M}{t\sqrt{b^3}} \sqrt{\lambda_i} y_i, \quad (7)$$

где K – коэффициент интенсивности напряжений;

M – изгибающий момент;

b – ширина образца, мм, $b=(45\pm0,2)$ мм;

λ_i – относительная длина трещины в точке измерения i ;

t – толщина образца, мм, $t=(20\pm0,1)$ мм;

y_i – безразмерный параметр.

Изгибающий момент вычисляют по формуле:

$$M = (P \cdot L) / 4, \quad (8)$$

где P – нагрузка на образец при трехточечном изгибе;

L – расстояние между опорами, $L=180$ мм.

Относительную длину трещины в точке измерения i вычисляют по формуле:

$$\lambda_i = \frac{l_i}{b}, \quad (9)$$

где l_i – длина трещины в точке измерения i с учетом длины надреза и первоначально выращенной трещины, мм.

$$y_i = 1,93 - 3,07 \cdot \lambda_i + 14,53 \cdot \lambda_i^2 - 25,11 \cdot \lambda_i^3 + 25,08 \cdot \lambda_i^4, \quad (10)$$

С учетом размера образца (см. Рисунок 11)

$$K_i = 0,045 \cdot P_i \sqrt{\lambda_i} y_i \quad (11)$$

$$\Delta K_i = 0,045 \cdot \Delta P_i \sqrt{\lambda_i} y_i \quad (12)$$

где ΔP_i (МПа) определяют по формуле:


$$\Delta P_i = \frac{\Delta PL}{4W_i}, \quad (13)$$

где $\Delta P = P_{\max} - P_{\min}$ – амплитуда нагрузки, Н;

W_i – изменяющийся в зависимости от длины трещины момент сопротивления сечения образца, определяемый по формуле:


$$W_i = \frac{t(b-l_i)^2}{6}, \quad (14)$$

Значения параметров l_i , λ_i , y_i , P_{\max} , P_{\min} , ΔP (Н), ΔP_i (МПа), ΔL_1 , ΔL_2 , V_1 , V_2 , \bar{V}_i , ΔK_i для каждой точки измерения i заносят в журнал регистрации испытаний.

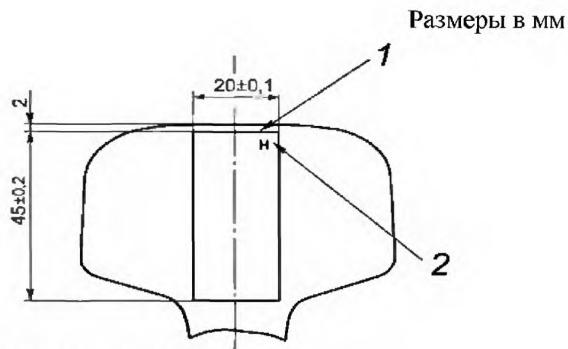

Надрез наносят со стороны верха образца (см. стрелку 1),
верх образца обозначают клеймом «Н» на торце образца (см. стрелку 2).

Рисунок 10 – Схема расположения образца в головке рельса для определения скорости роста усталостной трещины

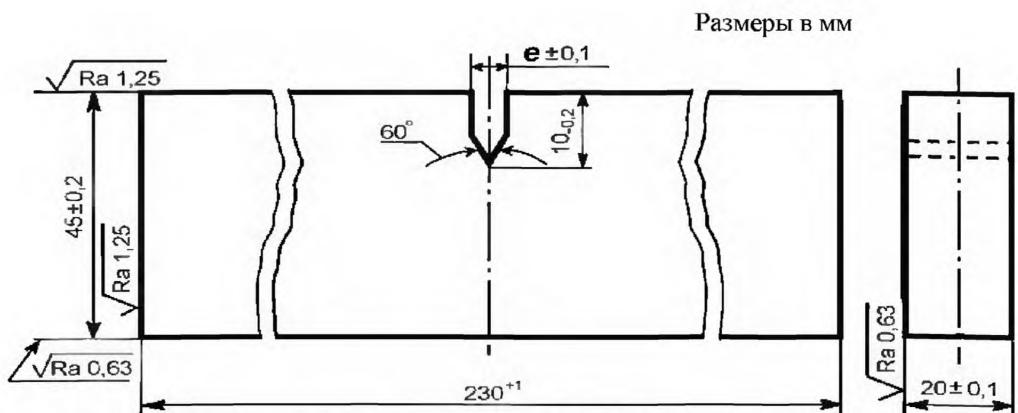

Радиус закругления дна надреза должен быть не более 0,25 мм,
шероховатость поверхностей надреза не более Ra 1,25.

Рисунок 11 – Вид и основные размеры образца для определения скорости роста усталостной трещины

ПРИМЕЧАНИЕ Основные размеры образцов установлены в европейском стандарте [1].

7.20.3.5 По результатам испытаний строят график зависимости средних значений скорости роста усталостной трещины \bar{V} от значений размаха коэффициента интенсивности напряжений ΔK . По данному графику находят значения скоростей роста усталостных трещин, соответствующие значениям размаха коэффициента интенсивности напряжений ΔK , равным $10 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$ и $13,5 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$.

Результаты испытаний являются положительными, если значения скорости роста усталостной трещины, определенные при значениях размахов коэффициента интенсивности напряжений $10 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$ и $13,5 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$, удовлетворяют требованиям 5.15.3 для всех испытанных образцов.

7.20.4 Контроль циклической трещиностойкости

7.20.4.1 Определение циклической трещиностойкости K_{fc} (см. 5.15.4) рельсов проводят методом циклического нагружения путем испытаний полнопрофильных проб длиной (1200 ± 10) мм, вырезанных из рельсов методами холодной механической резки. Схема нагружения – плоский трехточечный симметричный изгиб. Расстояние между нижними опорами (1000 ± 5) мм. Верхний пuhanсон устанавливают посередине между опорами – (500 ± 5) мм. Пробы испытывают при мягком нагружении (управление по усилию) в положении рельса «головкой вниз» при асимметрии цикла нагружения плюс 0,1. База испытаний – 2 млн. циклов.

От каждого рельса должно быть испытано не менее шести проб.

7.20.4.2 Испытания проводят в помещении при температуре воздуха от 15°C до 35°C , относительной влажности воздуха от 45 % до 80 %. Образцы перед испытаниями должны быть выдержаны при температуре помещения от 15°C до 35°C в течение трех часов.

7.20.4.3 Испытания проводят на испытательной машине, способной обеспечить следующие условия и параметры нагружения: максимальная нагрузка цикла нагружения 1000 кН, погрешность $\pm 2\%$, частота нагружения не более 20 Гц с максимальной погрешностью $\pm 2\%$.

Средства измерений должны иметь диапазон измерения от 0 мм до 250 мм, и максимальную допускаемую относительную погрешность измерения $\pm 0,05$ мм.

7.20.4.4 Для определения циклической трещиностойкости каждый образец доводят до разрушения при циклическом нагружении аналогично испытаниям по определению предела выносливости по ГОСТ 25.502. Головку каждого образца фотографируют со стороны излома. Две точки фронта трещины, выходящие на поверхность образца, соединяют хордой. Определяют ее середину. Из точки, лежащей на середине хорды, восстанавливают перпендикуляр до пересечения с образующей (радиусом) головки рельса. Точку пересечения принимают за центр окружности, дуга которой аппроксимирует фронт трещины. Измерение радиуса (глубины) трещины производят из этой точки до наиболее удаленной точки фронта трещины в одном направлении три раза с помощью штангенциркуля ШЦ-II-250-0.06 по ГОСТ 166. Для каждого образца, сломавшегося при испытаниях, определяют трещиностойкость путем вычисления критического значения коэффициента интенсивности напряжений.

7.20.4.5 Остальные требования к оборудованию, средствам измерений, а также порядок проведения испытаний – по ГОСТ 25.502

7.20.5 Контроль статической трещиностойкости

7.20.5.1 Определение статической трещиностойкости K_{Ic} (см. 5.15.5) проводят по


ГОСТ 25.506. Испытывают не менее трех образцов от рельса.

Образцы для определения статической трещиностойкости должны быть изготовлены по общим требованиям ГОСТ 25.506 из рельсов в соответствии с Рисунками 12 и 13.

ПРИМЕЧАНИЕ Основные размеры образцов установлены в европейском стандарте [1].

Ширину надреза, обозначенную «*e*» на Рисунке 13, устанавливают не более 3,5 мм. Для установки пружинных датчиков смещения допустима приварка упоров импульсным разрядом или точечной сваркой, в этом случае отверстия с резьбой для крепления упоров не делают.

Размеры в мм

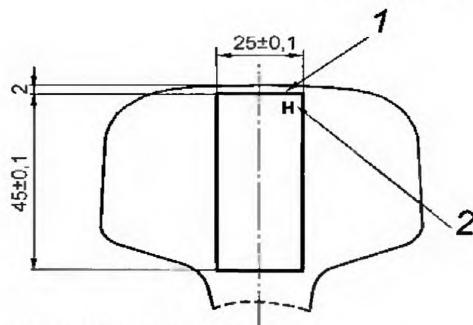

Надрез наносят со стороны верха образца (см. стрелку 1),
верх образца обозначают клеймом «*H*» на торце образца (см. стрелку 2).

Рисунок 12 – Схема расположения образца для испытания на статическую трещиностойкость

Размеры в мм

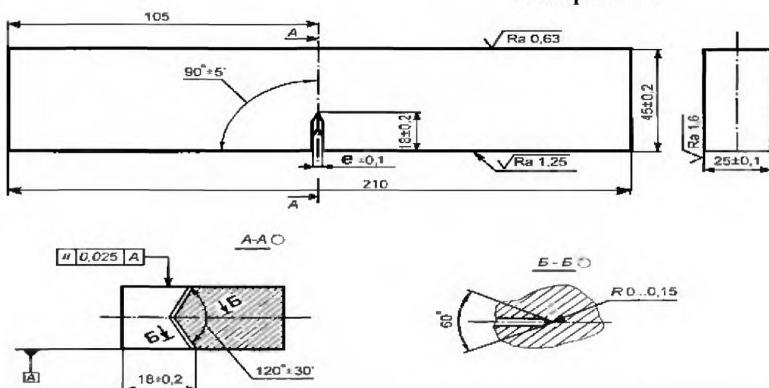


Рисунок 13 – Вид и основные размеры образца для испытаний на статическую трещиностойкость

7.20.5.2 При создании усталостной трещины от надреза и затем при испытаниях используют схему нагружения образца – плоский трехточечный симметричный изгиб.

Предварительное нанесение усталостной трещины выполняют, соблюдая следующие условия:

- циклическое нагружение с асимметрией от 0 до плюс 0,1 (надрез в зоне растяжения);
- частота нагружения – от 5 Гц до 120 Гц;
- температура образца вблизи края растущей трещины должна быть не выше 40 °C, а температура в помещении, где проводят испытания – (20±5) °C;
- усталостную трещину выращивают до достижения размера от 0,45 мм до 0,55 мм ширины образца (считая вместе с надрезом от края образца), причем на протяжении последних 1,25 мм роста трещины величина K_{max} не должна превышать от 18 до 22 МПа·м^{1/2}.

При испытании на статическую трещиностойкость расстояние между нижними опорами должно быть (180±1) мм, а температура образца – минус (20±2) °C (5.15.5). Температуру образца следует измерять термопарой, приваренной без оплавления к образцу на расстоянии от 5 мм до 10 мм от вершины трещины.

7.20.5.3 В остальном порядок проведения испытаний, требования к оборудованию и обработка результатов – по ГОСТ 25.506.

7.20.6 Контроль остаточных напряжений в средней части подошвы рельсов

Определение остаточных напряжений в средней части подошвы рельсов (см. 5.15.6) проводят на полнопрофильных пробах от шести рельсов. Пробы длиной (1,0+0,1) м вырезают из рельсов методами холодной механической резки на расстоянии не менее 3 м от торцов.


На опорной поверхности подошвы в средней части пробы проводят абразивную зачистку на глубину от 0,3 мм до 0,5 мм, и прикрепляют в продольном направлении тензодатчик, следуя рекомендациям изготовителя датчика. Датчик должен иметь относительную погрешность не более ±1 %.

Измерения выполняют до и после разрезки образца, с учетом его температуры. Разрезка должна быть выполнена холодным механическим способом так, как показано на Рисунке 14, без повреждения тензодатчика. В результате разрезки получают поперечный темплет рельса толщиной около 20 мм с тензодатчиком.

Разницу в напряжениях до и после разрезки пробы, взятую с обратным знаком, принимают за величину продольных остаточных напряжений в рельсе.

ПРИМЕЧАНИЕ Методика испытаний установлена европейским стандартом [2].

Размеры в мм

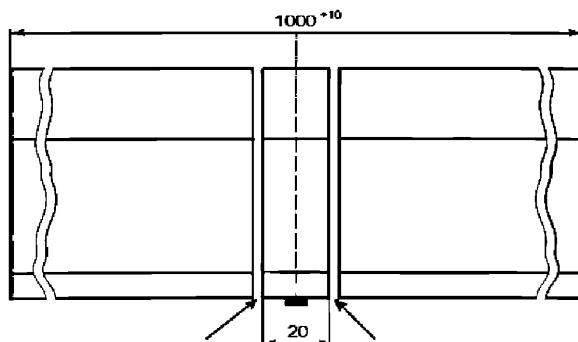

Места разрезки показаны стрелками.

Тензодатчик, прикрепленный к подошве образца, показан черным цветом.

Рисунок 14 – Схема разрезки образца при определении остаточных напряжений в подошве рельса

8 Транспортирование и хранение

8.1 Рельсы транспортируют железнодорожным, автомобильным, речным или морским видами транспорта при соблюдении правил перевозок, действующих на соответствующем виде транспорта.

8.2 Погрузку и крепление рельсов проводят в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов, утвержденными уполномоченным государственным органом в установленном порядке.

8.3 Отгружаемая партия рельсов должна сопровождаться паспортом изготовителя по ГОСТ 2.601, содержащим:

- наименование или условное обозначение предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящего стандарта;
- тип рельсов;
- категорию рельсов;
- класс точности изготовления профиля рельсов;
- класс прямолинейности рельсов;
- класс качества поверхности рельсов;
- марку стали;
- максимальное значение магнитной индукции рельсов в партии;
- отпечатки или описание приемочных знаков владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта и описание маркировки рельсов красками;
- количество рельсов с указанием длины, массы и номеров плавок;
- результаты приемо-сдаточных, периодических и(или) сертификационных испытаний;
- дату оформления паспорта;
- номер вагона или другого транспортного средства;
- наименование и адрес покупателя;
- номер заказа (договора).

8.4 При погрузке и транспортировании не допускается повреждение рельсов.

Не допускается падение рельсов с высоты более 1 м. Рельсы, упавшие с высоты более 1 м, считают не соответствующими требованиям настоящего стандарта.

8.5 При хранении рельсы должны быть уложены таким образом, чтобы не возникали деформация и изменение прямолинейности рельсов.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие рельсов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем требований настоящего стандарта в части условий разгрузки и хранения рельсов.

9.2 Гарантийные обязательства определяются в соглашении (договоре) на поставку рельсов между сторонами.

Приложение А
(информационное)

Рекомендуемые сферы рационального применения рельсов различных категорий

Таблица А.1

Категории рельсов	Сфера применения
ДТ370ИК	Грузонапряженность более 50 млн. т.км брутто/км в год Кривые малых и средних радиусов при любой грузонапряженности
ДТ350*	Грузонапряженность менее 50 млн. т.км брутто/км в год и пологие кривые
ДТ350НН	Грузонапряженность менее 50 млн. т.км брутто/км в год и пологие кривые в условиях холодного и умеренно холодного климата (по ГОСТ 16350)
ДТ350СС	Скорость движения пассажирских поездов от 141 км/ч до 200 км/ч и интенсивное грузовое движение
ДТ350ВС, Н320ВС	Скорость движения пассажирских поездов более 200 км/ч
Н320	Невысокая грузонапряженность. Прямые участки пути Метрополитены
Н300	Стрелочные переводы Метрополитены
Н260	Стрелочные переводы Метрополитены

* Использование рельсов прямолинейности класса С при скоростях движения не более 140 км/ч.

Приложение Б
(информационное)

Схема и примеры обозначения рельсов при заказе

При заказе рельсов следует использовать схему, приведенную на Рисунке Б.1, и примеры условного обозначения рельсов, приведенные ниже:

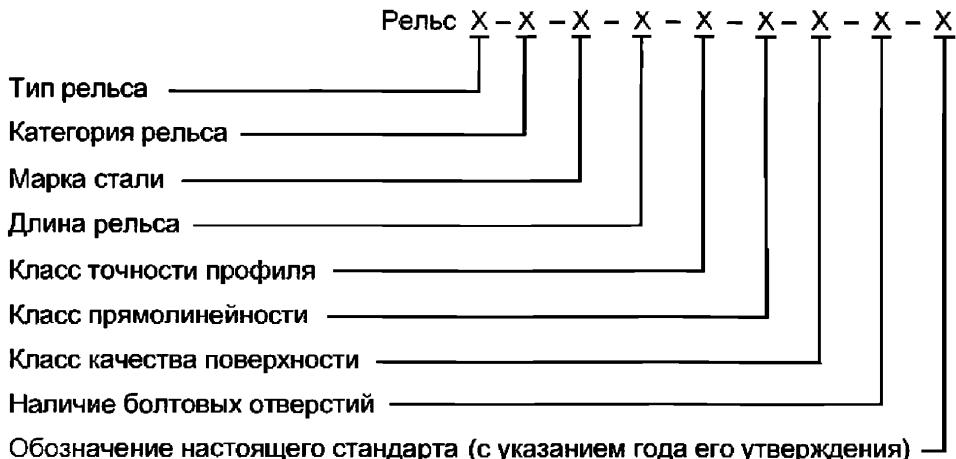


Рисунок Б.1 – Схема условного обозначения рельсов при заказе

1 Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ350СС, из стали марки К76ХФ, длиной 120 м, класса профиля Х, класса прямолинейности А, класса качества поверхности Е, без болтовых отверстий, изготовленного по СТ РК _____ .

Рельс Р65-ДТ350СС-К76ХФ-120-Х-А-Е-0-СТ РК _____

2 Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ350НН, из стали марки Э76АФ, длиной 25 м, класса профиля Y, класса прямолинейности В, класса качества поверхности Р, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса, изготовленного по СТ РК _____ :

Рельс Р65-ДТ350НН-Э76АФ-25-Y-В-Р-3/2-СТ РК _____

3 Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории ДТ370ИК, из стали марки Э90АФ, длиной 120 м, класса профиля Y, класса прямолинейности В, класса качества поверхности Р, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса, изготовленного по СТ РК _____ :

Рельс Р65-ДТ370ИК-Э90АФ-120-Y-В-Р-3/2-СТ РК _____


4 Пример условного обозначения рельса типа Р65, категории Н320ВС, из стали марки Э76ХСФ, длиной 120 м, класса профиля X, класса прямолинейности А, класса качества поверхности Е, без болтовых отверстий, изготовленного по СТ РК _____ :

Рельс Р65-Н320ВС-Э76ХСФ-120-Х-А-Е-0-СТ РК _____

Приложение В *(информационное)*


Размеры рельсов, используемые для построения прокатных калибров

Размеры в мм

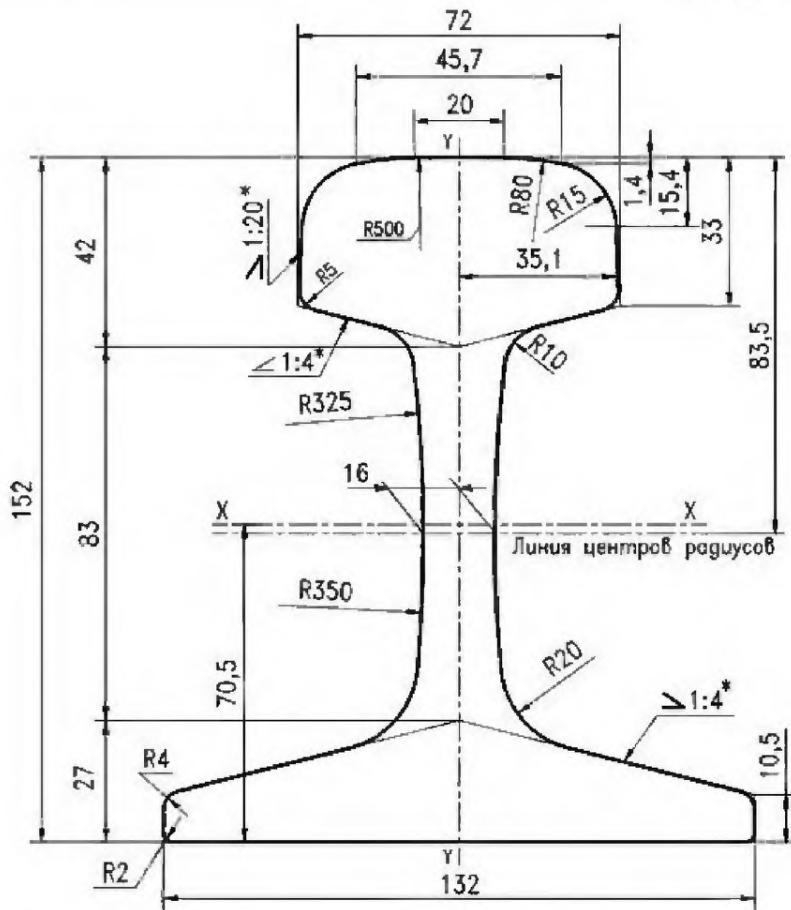

* Размеры для справок


Рисунок В.1 – Рельс типа Р50

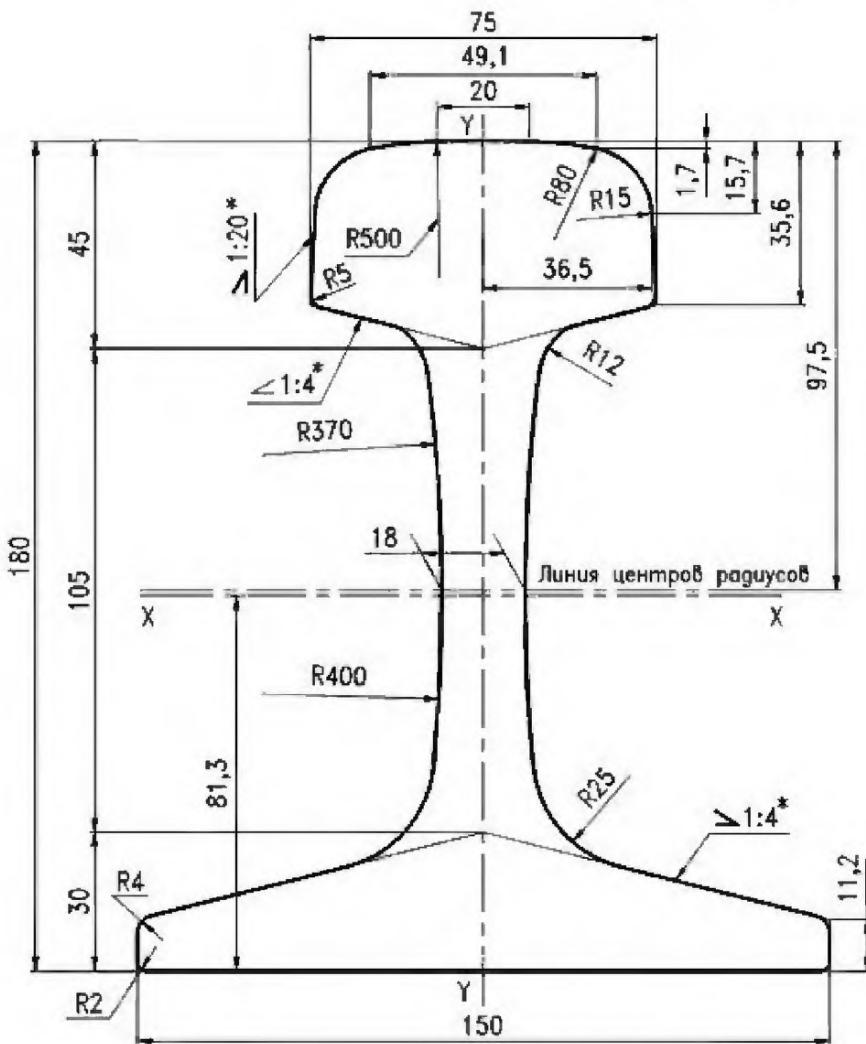

* Размеры для справок

Рисунок В.2 – Рельс типа Р65


Размеры в мм

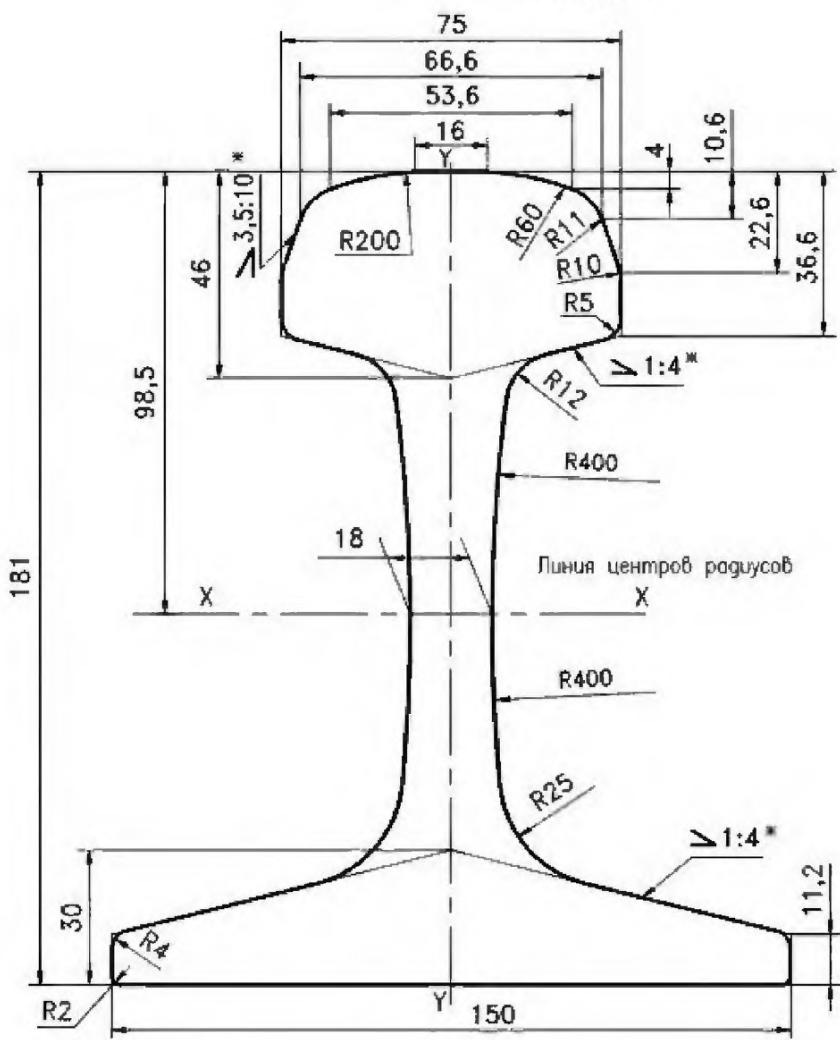

* Размеры для справок

Рисунок В.3 – Рельс типа Р65К

Размеры в мм

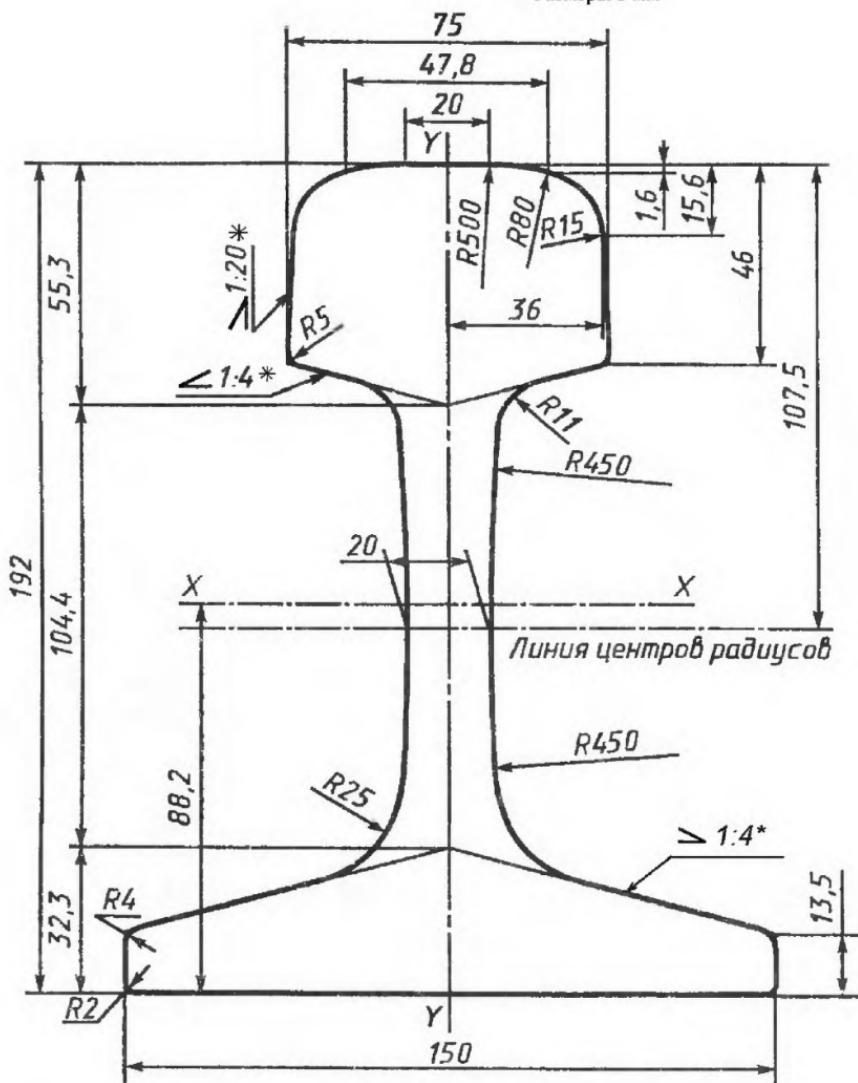

* Размеры для справок

Рисунок В.4 – Рельс типа Р75

Приложение Г
(информационное)

Расчетные параметры конструкции рельсов
Таблица Г.1

Наименование параметра	Значение параметра для рельса типа			
	P50	P65	P65K	P75
Площадь, поперечного сечения рельса, см^2	65,99	82,65	82,38	95,037
Расстояние от центра тяжести, мм: до низа подошвы до верха головки	70,50 81,50	81,30 98,70	80,60 100,40	88,20 103,80
Расстояние от центра кручения, мм: до низа подошвы до верха головки	40,10 111,90	39,40 140,60	38,20 141,80	45,80 146,20
Момент инерции рельса относительно вертикальной оси, см^4 : всего рельса головки подошвы	375 91 278	564 106 445	557 103 439	665 143 508
Момент инерции рельса относительно горизонтальной оси, см^4 : всего рельса головки подошвы	2011 986 915	3540 1728 1539	3495 1698 1532	4491 2198 2005
Момент сопротивления, см^3 : по низу подошвы по верху головки по боковой грани подошвы	285 245 55	435 358 75	434 348 73	509 432 89
Момент инерции рельса при его кручении, см^4	201	288	285	401
Секториальный момент инерции, см^6	$1,0 \times 10^4$	$1,9 \times 10^4$	$1,84 \times 10^4$	$2,6 \times 10^4$
Жесткость поперечного сечения рельса, $\text{kН}/\text{см}^2$: при его свободном кручении при его стесненном кручении	$163,2 \times 10^6$ $144,0 \times 10^6$	$233,5 \times 10^6$ $180,0 \times 10^6$	$229,4 \times 10^6$ $177,0 \times 10^6$	$325,0 \times 10^6$ $234,0 \times 10^6$
Теоретическая линейная масса од- ного метра рельса (при плотности стали $7850 \text{ кг}/\text{м}^3$), кг	51,80	64,88	64,67	74,60
Площадь элементов сечения рельса, % от общей площади: головка шейка подошва	38,12 24,46 37,42	34,11 28,52 37,37	33,52 28,78 37,70	37,42 26,54 36,04
Температурный коэффициент линейного расширения, $\alpha \cdot 10^6$, град $^{-1}$				11,8

Приложение Д
(обязательное)

Схема контроля отклонений рельсов от прямолинейности

Таблица Д.1

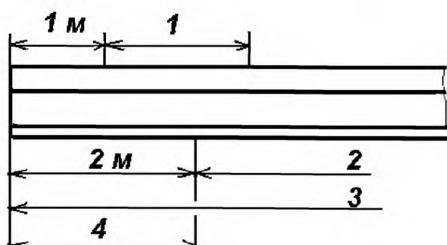
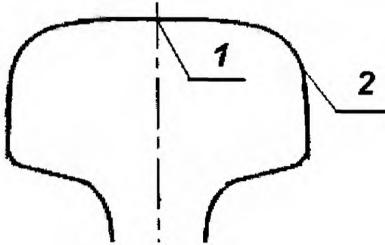
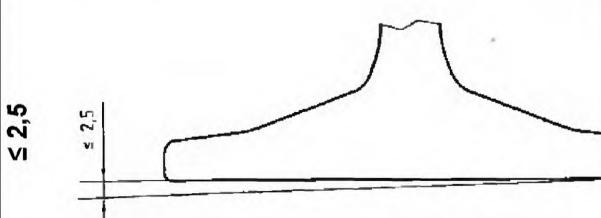
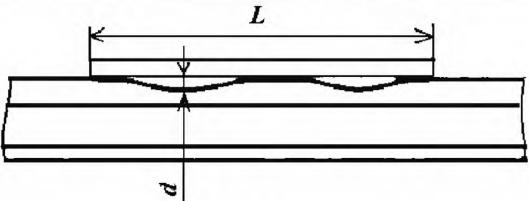
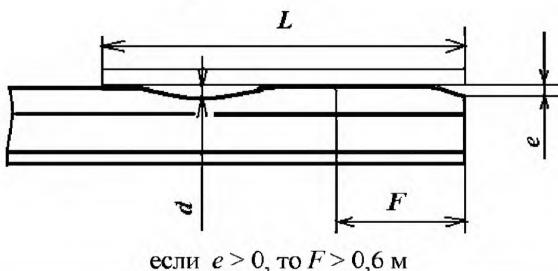
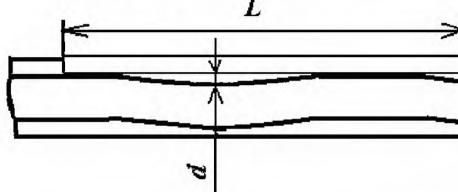
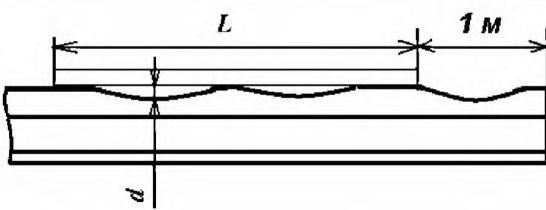
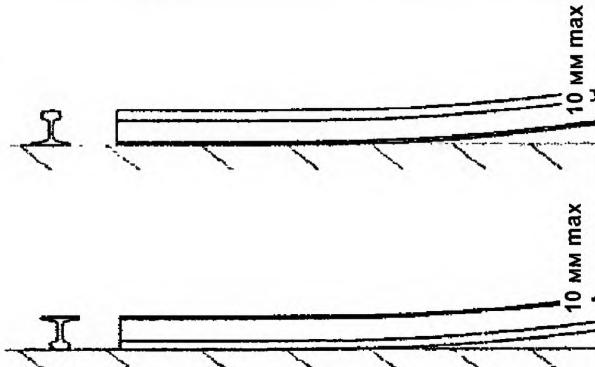
Элементы рельса, подлежащие контролю отклонений от прямолинейности	
1 Переходная зона – участок рельса длиной 1,5 м или 2,0 м на расстоянии 1,0 м от торца рельса	
2 Основная часть – часть рельса за вычетом участков длиной 2,0 м от торцов рельса	
3 Рельс в целом	
4 Конец - участок рельса длиной 1,5 м или 2,0 м от торца рельса.	
Расположение точек контроля прямолинейности	
1 Контроль отклонения прямолинейности по поверхности катания головки в вертикальной плоскости	
2 Контроль отклонения прямолинейности по боковым граням головки в горизонтальной плоскости [на (5 – 10) мм ниже точки сопряжения выкружки и боковой грани]	
Контроль скручивания	
Схема контроля скручивания рельса	

Таблица Д. 2

Элемент рельса	Направление контроля	Схема измерения отклонений от прямолинейности рельсов
Основная часть рельса	В горизонтальной и вертикальной плоскости	
Конец рельса	В вертикальной плоскости	
	В горизонтальной плоскости	
Переходная зона	В горизонтальной и вертикальной плоскости	
Рельс в целом	Кривизна в вертикальной и горизонтальной плоскостях	


Приложение Е
(информационное)

**Шаблоны для контроля размеров и формы поперечного сечения рельсов,
размеров и расположения болтовых отверстий**

E.1 Характерные точки и размеры поперечного сечения рельсов для построения шаблонов показаны на Рисунках Е.1 и Е.2, в Таблице Е.1.

E.2 Шаблоны для контроля размеров и формы рельсов и болтовых отверстий показаны на Рисунках Е.3 – Е.16, перечень шаблонов приведен в Таблице Е.2.

ПРИМЕЧАНИЕ На рисунках буквой Z обозначен зазор, как правило, между шаблоном и характерными точками.

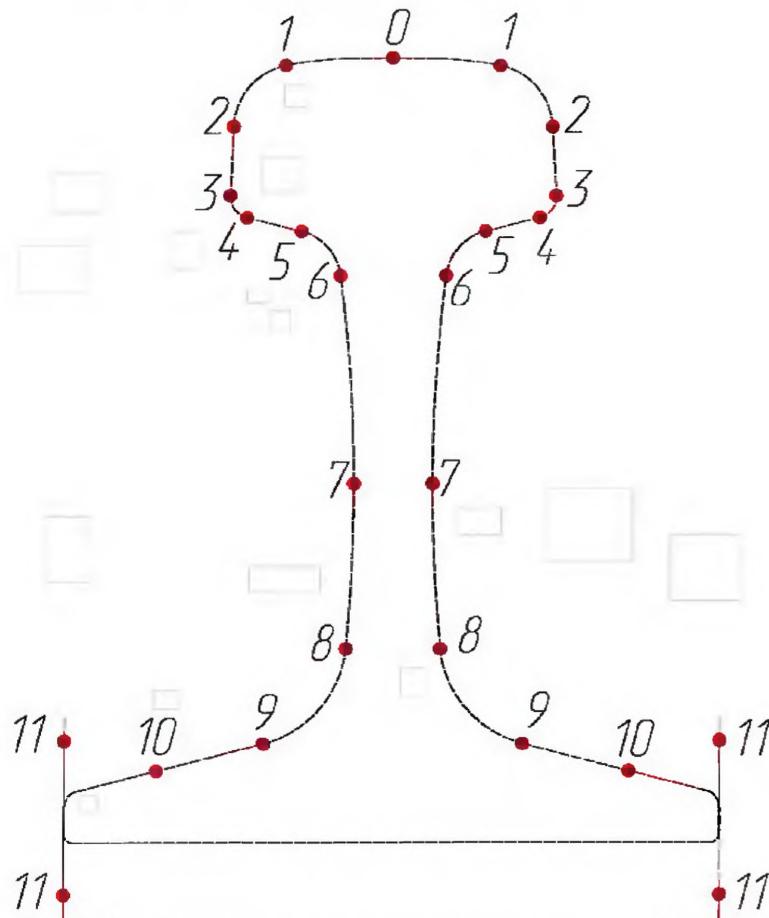

**Рисунок Е.1 – Характерные точки контроля предельных отклонений
поперечного сечения рельсов**

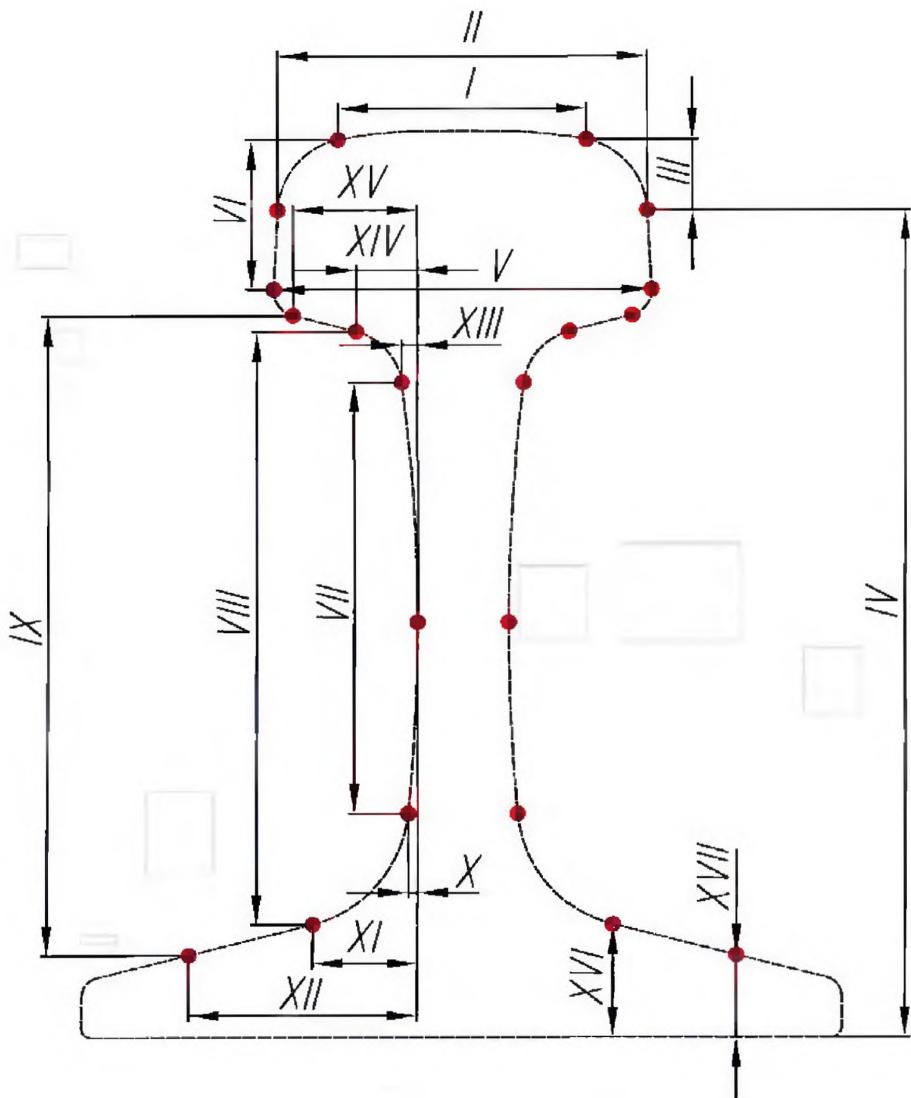


Рисунок Е.2 – Характерные размеры поперечного сечения рельсов для построения шаблонов

Таблица Е.1 – Значения характерных размеров поперечного сечения рельсов для построения шаблонов

В миллиметрах

Обозначение размера по Рисунку Ж.2	P50	P65	P75	P65K
I	45,70	49,10	47,80	53,60
II	70,24	73,00	72,00	75,00
III	14,00	14,00	14,00	20,30
IV	136,60	164,30	176,40	156,70
V	71,59	74,59	74,59	75,00
VI	29,14	29,80	41,93	28,70
VII	67,26	85,74	85,53	85,56
VIII	93,50	117,71	117,19	117,65
IX	102,65	124,68	124,39	124,73
X	1,28	1,81	1,58	1,81
XI	16,36	20,62	20,41	20,62
XII	45,00	45,00	45,00	45,00
XIII	2,15	3,09	2,55	2,83
XIV	9,66	12,07	10,84	11,83
XV	24,01	24,52	23,51	24,72
XVI	20,91	22,57	24,68	22,57
XVII	15,75	18,72	21,02	18,72

Таблица Е.2 – Перечень шаблонов

Номер Рисунка	Наименование шаблона
Рисунок Е.3	Шаблоны контроля высоты рельса
Рисунок Е.4	Шаблон контроля отклонения профиля поверхности катания головки рельса от номинального расположения
Рисунок Е.5	Шаблон контроля ширины головки рельса
Рисунки Е.6	Шаблоны контроля несимметричности рельса
Рисунок Е.7	Шаблон контроля толщины шейки рельса
Рисунок Е.8	Шаблон контроля ширины подошвы рельса
Рисунок Е.9	Шаблоны контроля высоты пера подошвы
Рисунок Е.10	Шаблоны контроля высоты шейки рельса
Рисунок Е.11	Шаблон контроля расположения болтовых отверстий в горизонтальной плоскости
Рисунок Е.12	Шаблон контроля расположения болтовых отверстий в вертикальной плоскости
Рисунок Е.13	Шаблон контроля диаметра болтовых отверстий
Рисунок Е.14	Шаблон контроля фасок болтовых отверстий
Рисунок Е.15	Шаблон и схема контроля скручивания концов рельсов
Рисунок Е.16	Шаблон контроля выпуклости основания подошвы

Размеры в мм


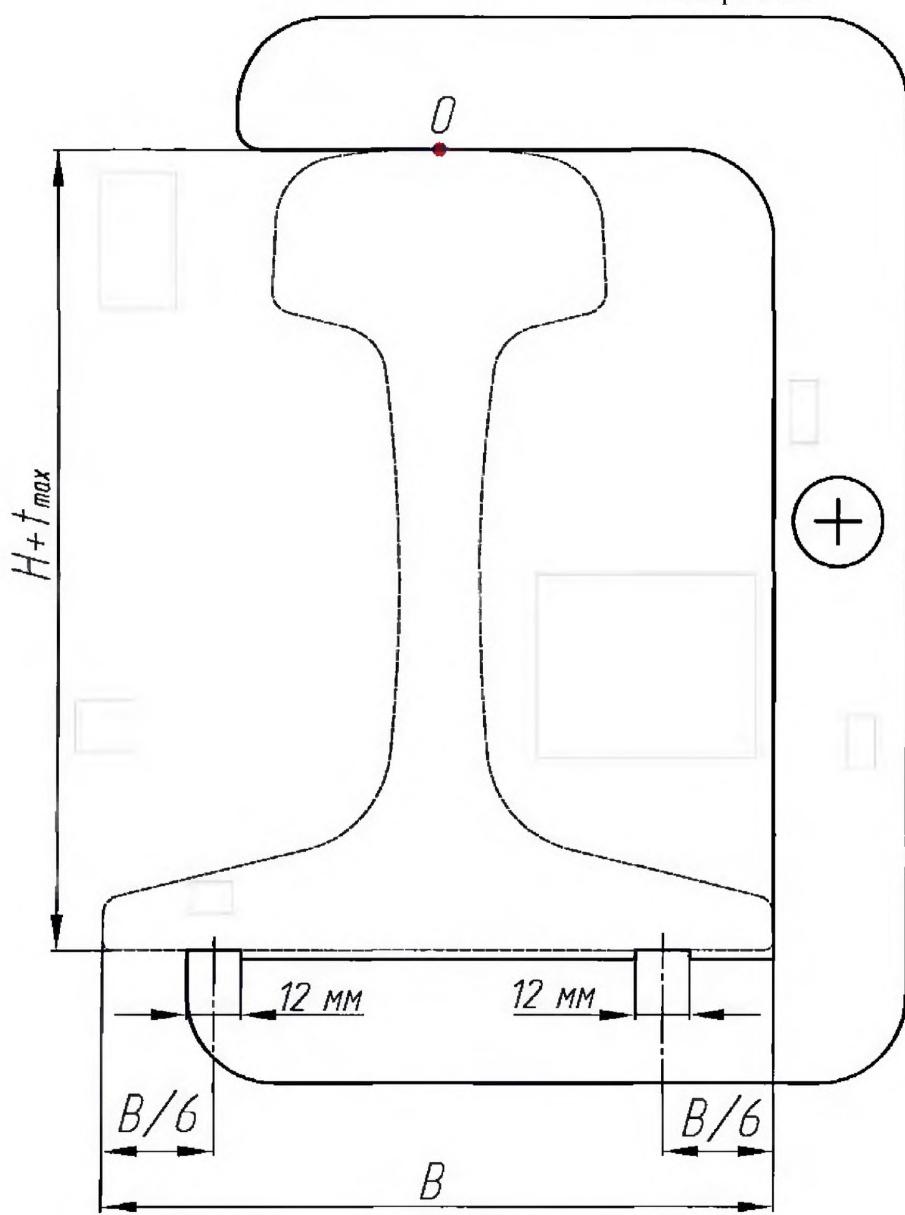


Рисунок Е.3 – Шаблоны контроля высоты рельса, Лист 1

Размеры в мм

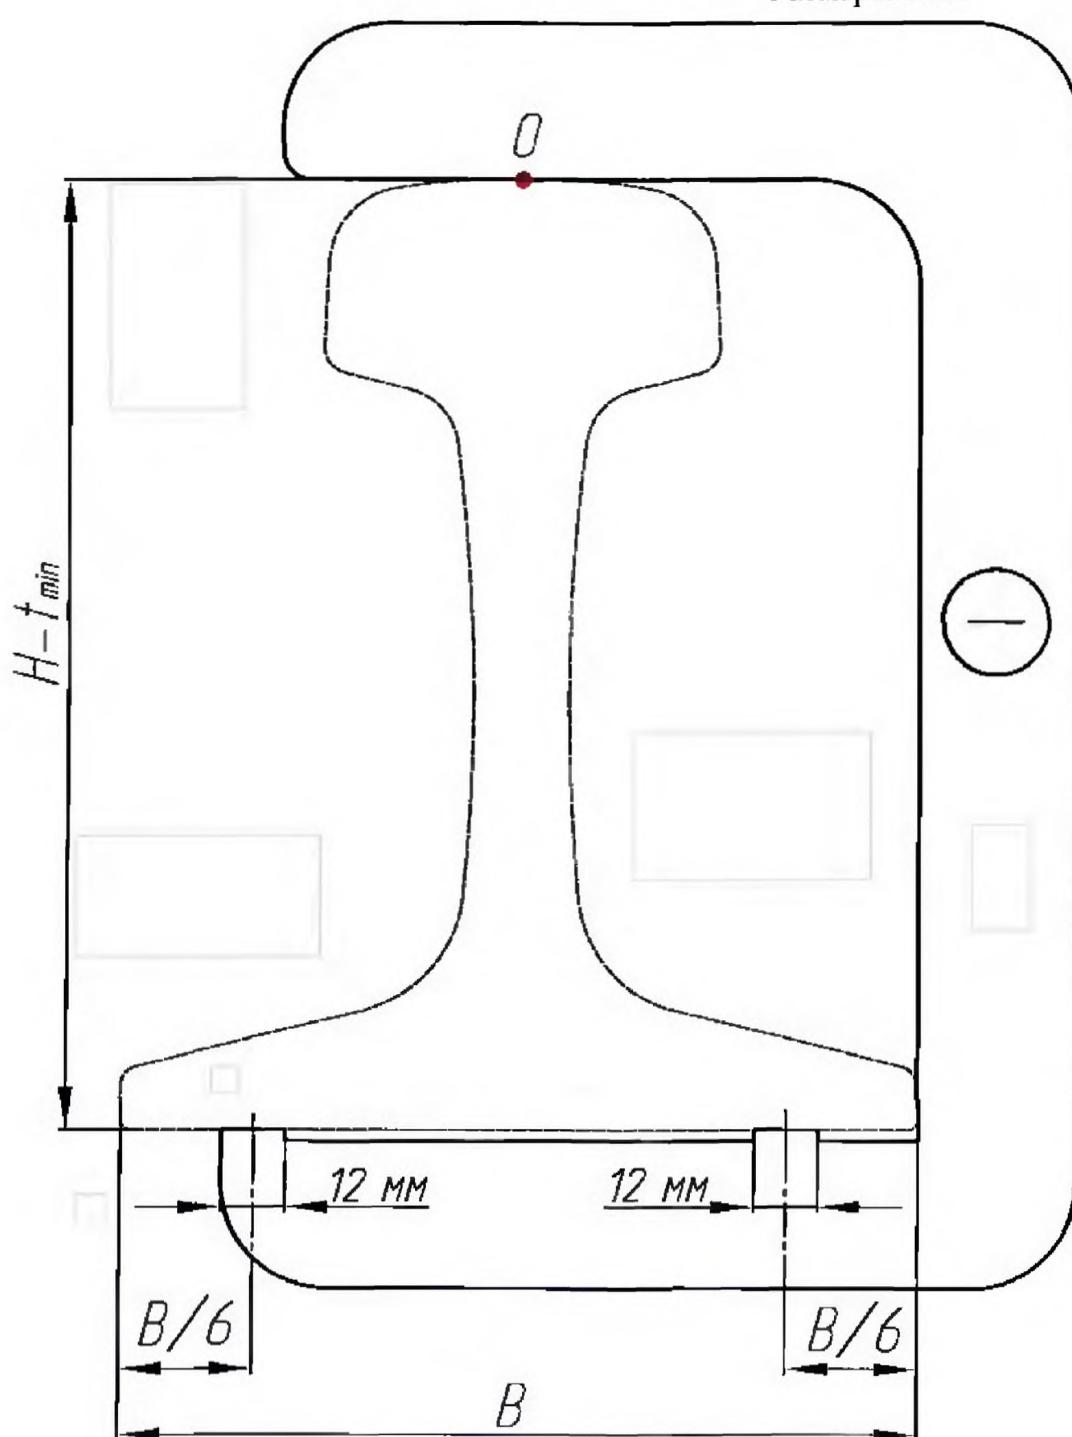

Н – высота рельса;

В – ширина подошвы рельса;



О – точка на поверхности катания головки, максимально удаленная от основания подошвы рельса;
 t_{\max}, t_{\min} – максимальный и минимальный допуски высоты рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен проходить по высоте рельса, либо проходить без зазора;

Знак «-» означает, что шаблон не должен проходить по высоте рельса, либо проходит без зазора.

Рисунок Е.3, лист 2

Размеры в мм

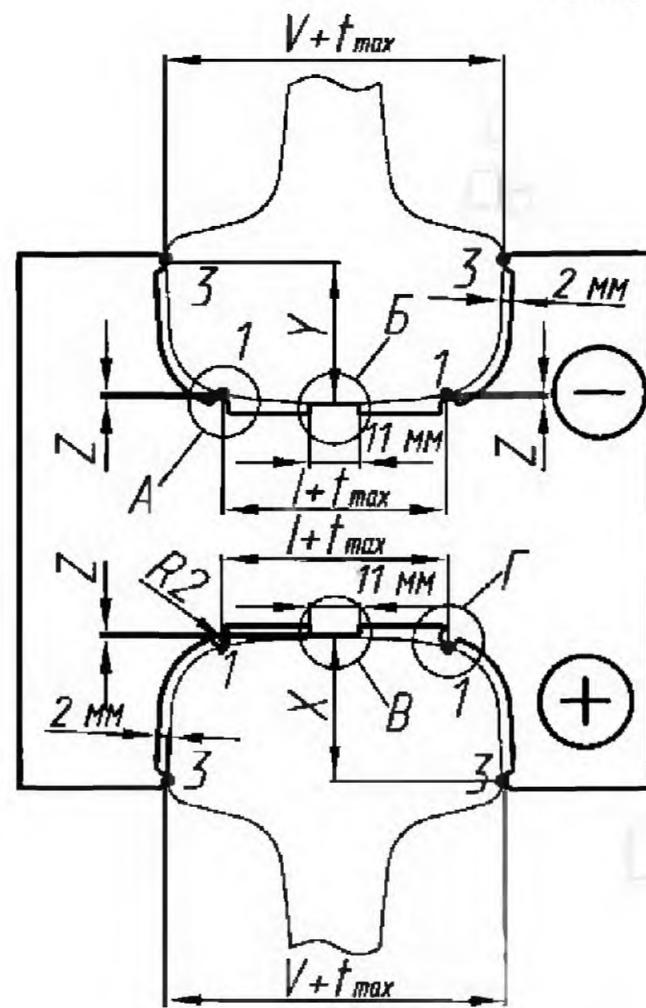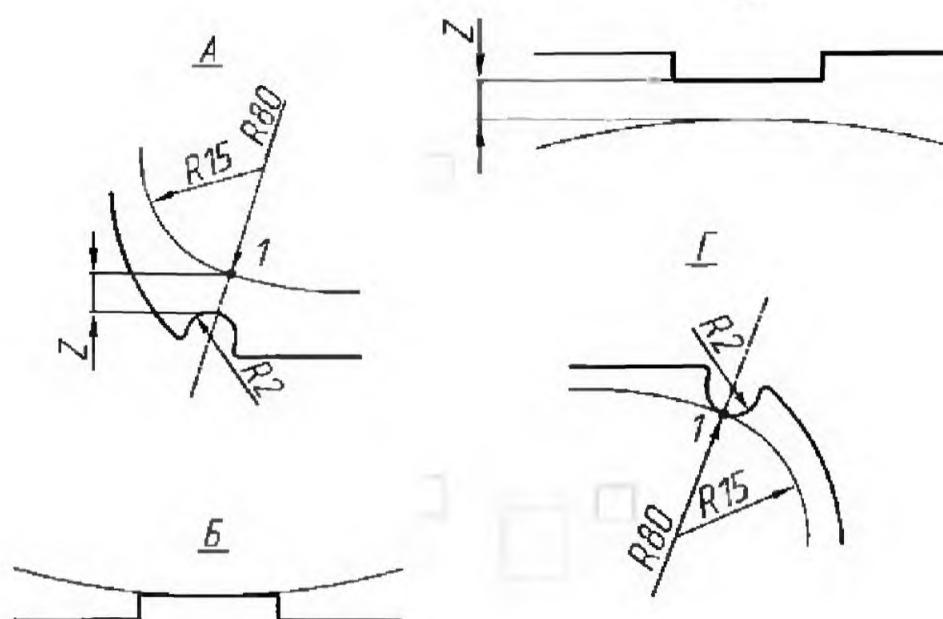*B*

t_{max} – максимальный допуск ширины головки рельса;

$X = VI +$ максимальный допуск отклонения формы поверхности катания от номинальной;



$Y = VI -$ минимальный допуск отклонения формы поверхности катания от номинальной;

Знак «+» обозначает, что шаблон должен касаться точек 1 и не касаться поверхности катания головки;

Знак «-» обозначает, что шаблон должен касаться поверхности катания головки и не касаться или может касаться точек 1.

Рисунок Е.4 – Шаблон контроля отклонения профиля поверхности катания головки рельса от номинального расположения

Размеры в мм

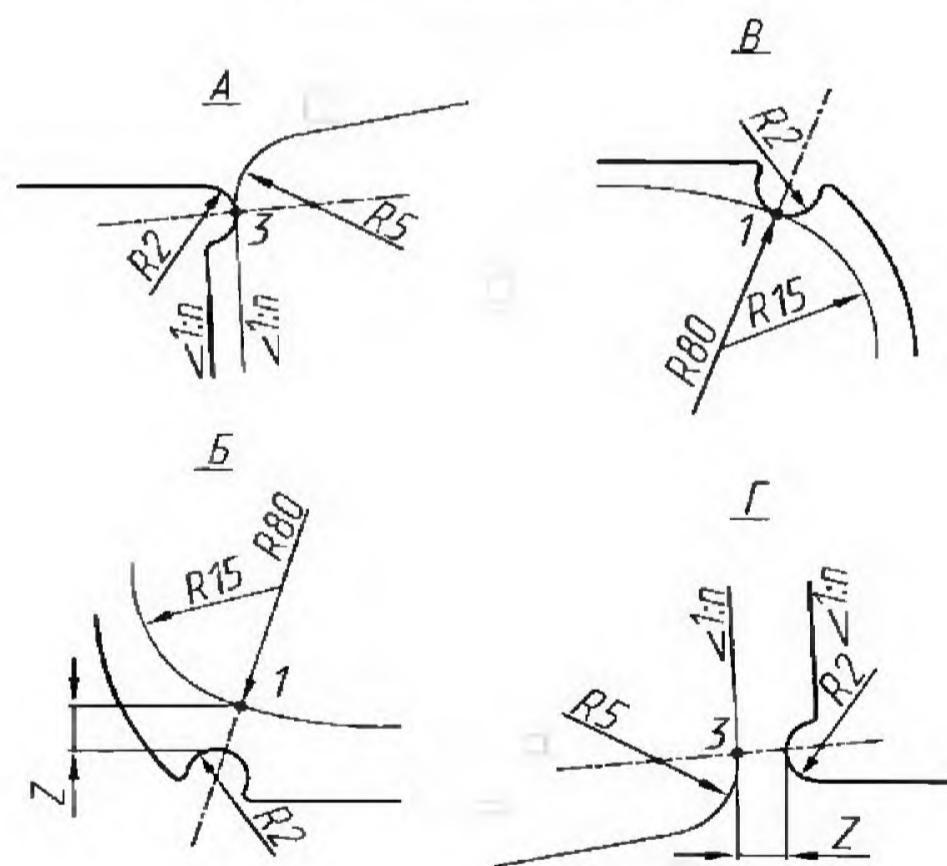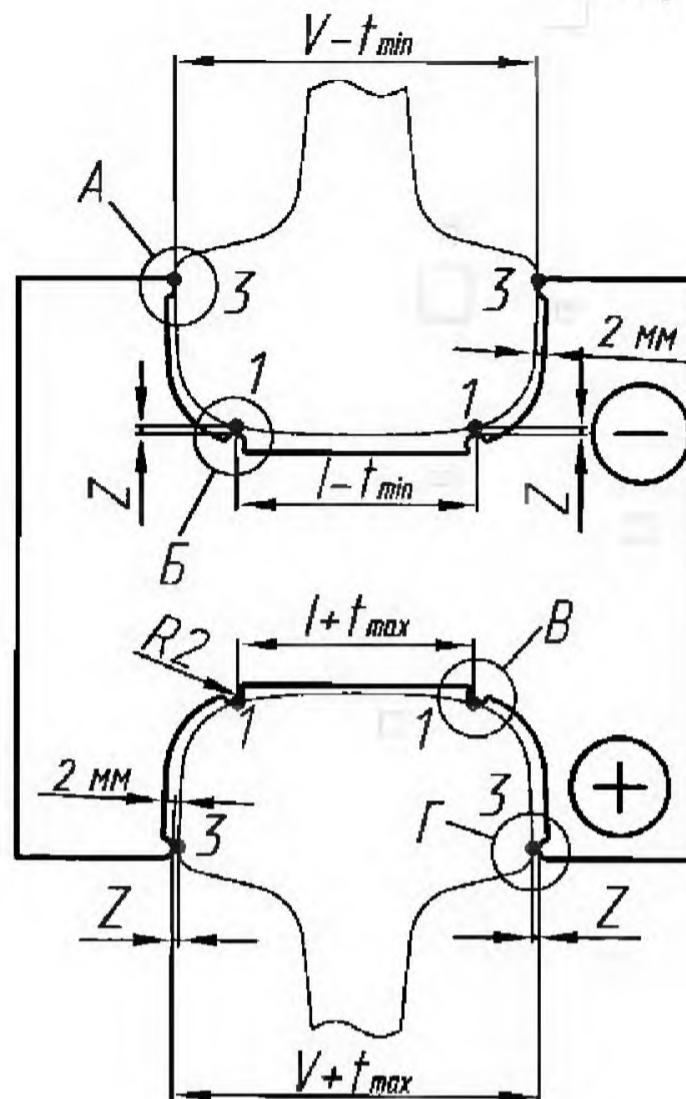

t_{max} , t_{min} – максимальный и минимальный допуски ширины головки рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен касаться точек 1 и не касаться или может касаться точек 3;

Знак «-» означает, что шаблон должен касаться точек 3 и не касаться или может касаться точек 1.

Рисунок Е.5 – Шаблон контроля ширины головки рельса

Размеры в мм



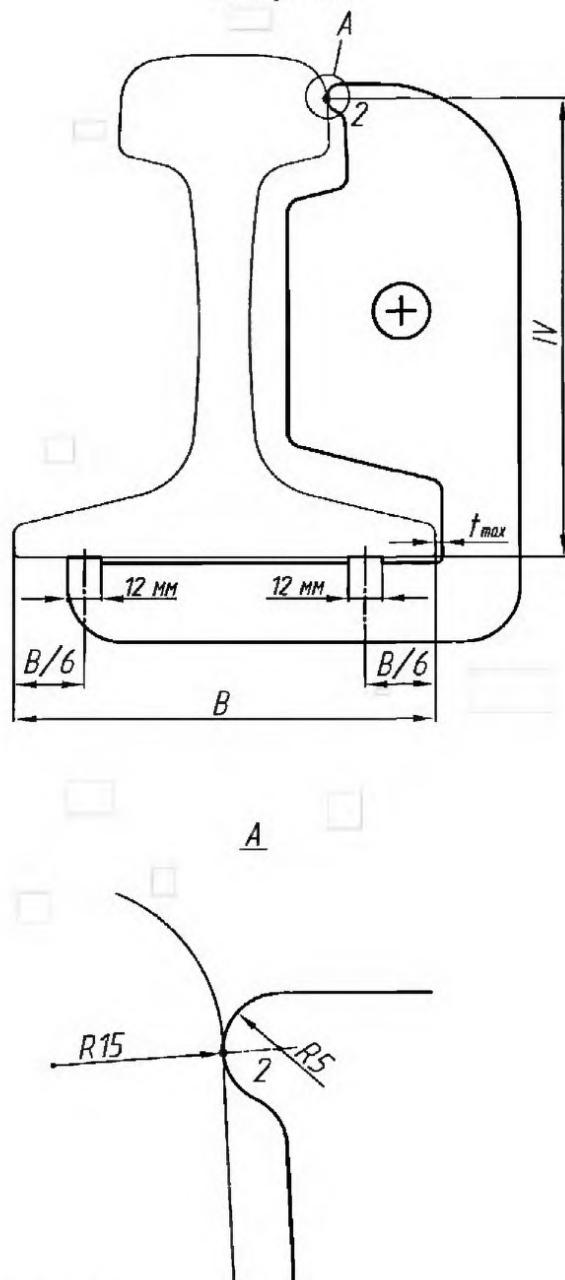


Рисунок Е.6 – Шаблоны контроля несимметричности рельса, Лист 1

Размеры в мм

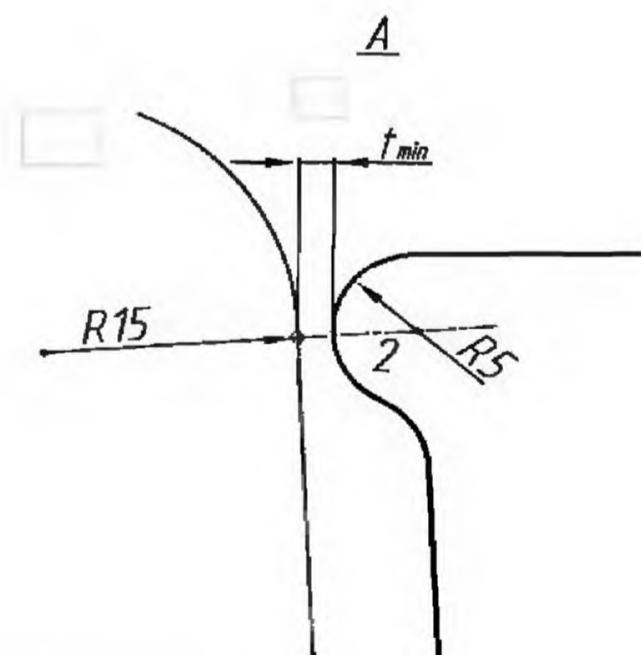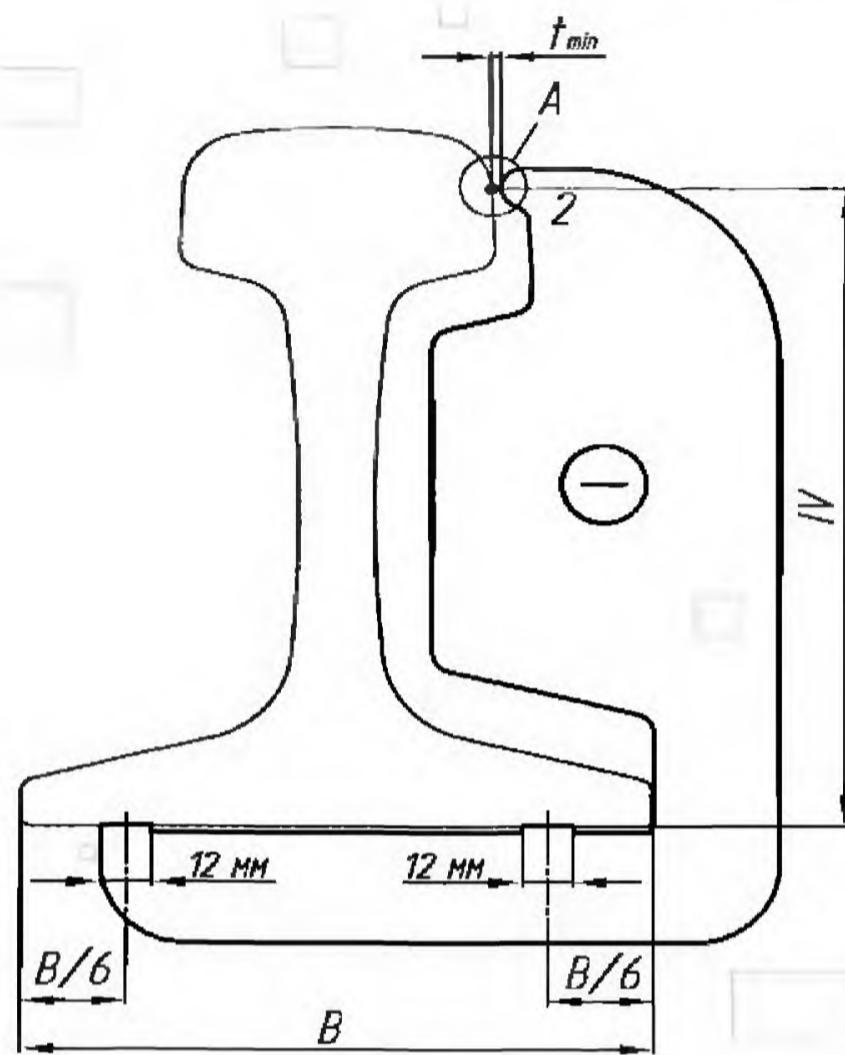


В – ширина подошвы рельса;

 t_{max} , t_{min} – максимальный и минимальный допуски отклонения профиля от симметричности;

Знак «+» означает, что шаблон должен касаться головки и не касаться или может касаться торца фланца подошвы рельса;

Знак «–» означает, что шаблон должен касаться торца фланца подошвы рельса и не касаться или может касаться головки.

Рисунок Е.6, лист 2

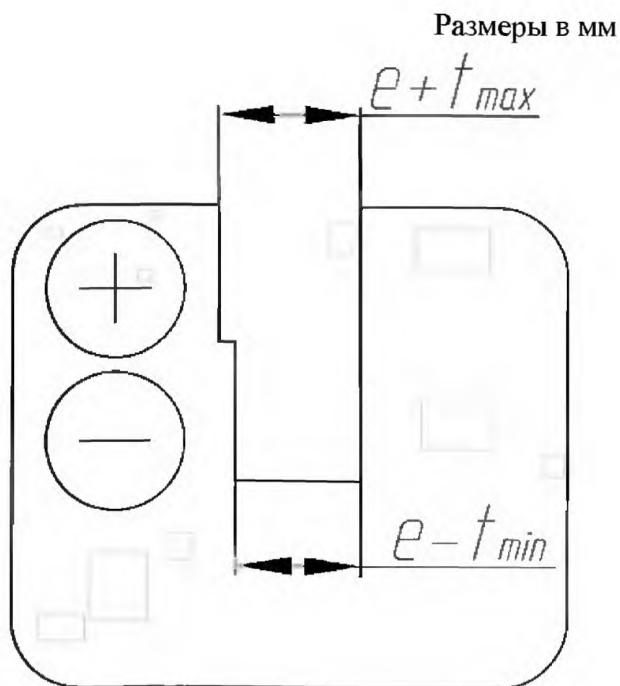


e – толщина шейки рельса;

t_{\max}, t_{\min} – максимальный и минимальный допуски толщины шейки рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен плотно проходить или проходить с зазором;

Знак «–» означает, что шаблон должен плотно проходить или не проходить.

Рисунок Е.7 – Шаблон контроля толщины шейки рельса

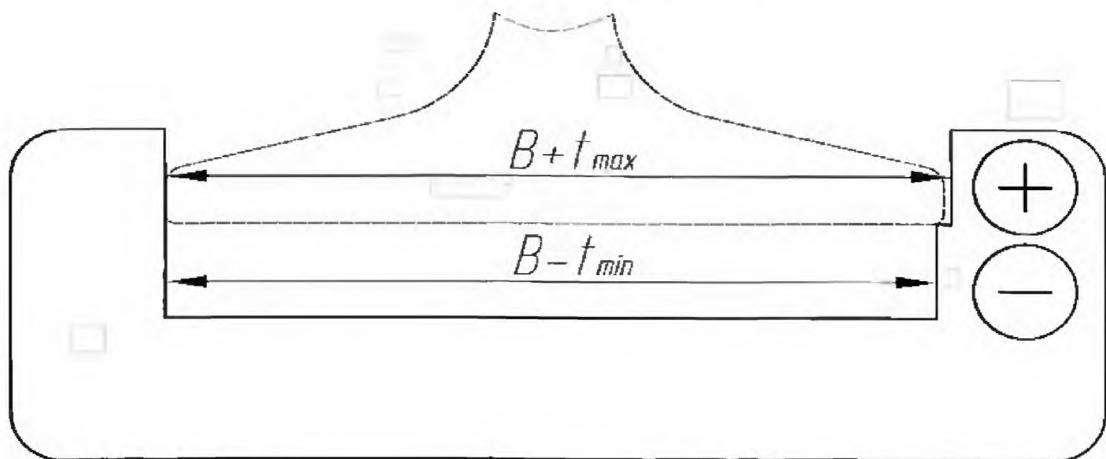

B – ширина подошвы рельса;


t_{\max}, t_{\min} – максимальный и минимальный допуски ширины подошвы рельса;

Знак «+» означает, что шаблон должен плотно проходить или проходить с зазором;

Знак «–» означает, что шаблон должен плотно проходить или не проходить.

Рисунок Е.8 – Шаблон контроля ширины подошвы рельса

Размеры в мм

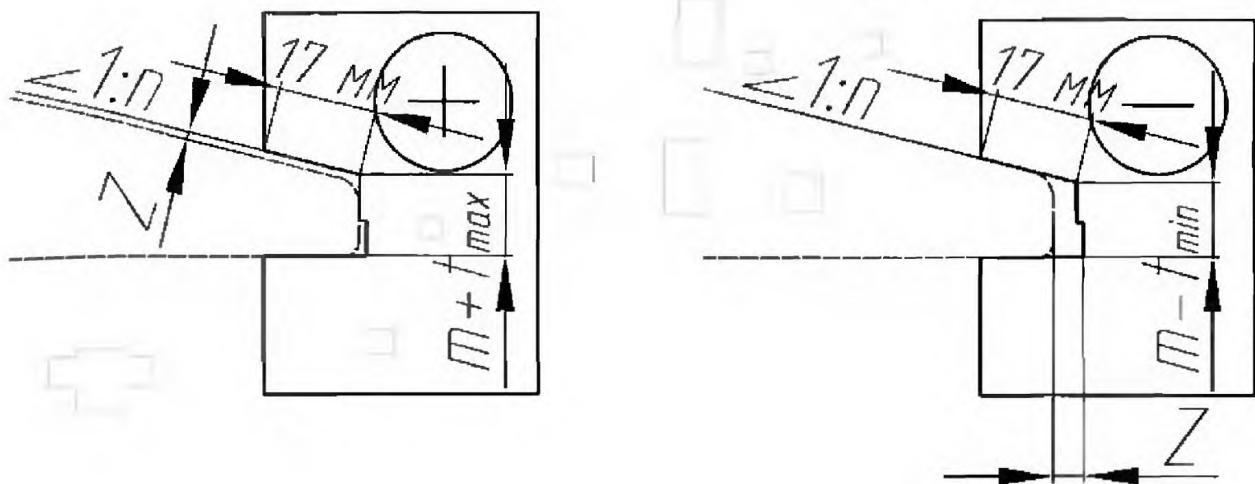
 m – высота пера подошвы рельса; t_{max}, t_{min} – максимальный и минимальный допуски высоты пера;

Знак «+» означает, что торец фланца подошвы рельса должен касаться шаблона;

Знак «-» означает, что торец фланца подошвы рельса не должен касаться шаблона.

Рисунок Е.9 – Шаблоны контроля высоты пера подошвы

Размеры в мм

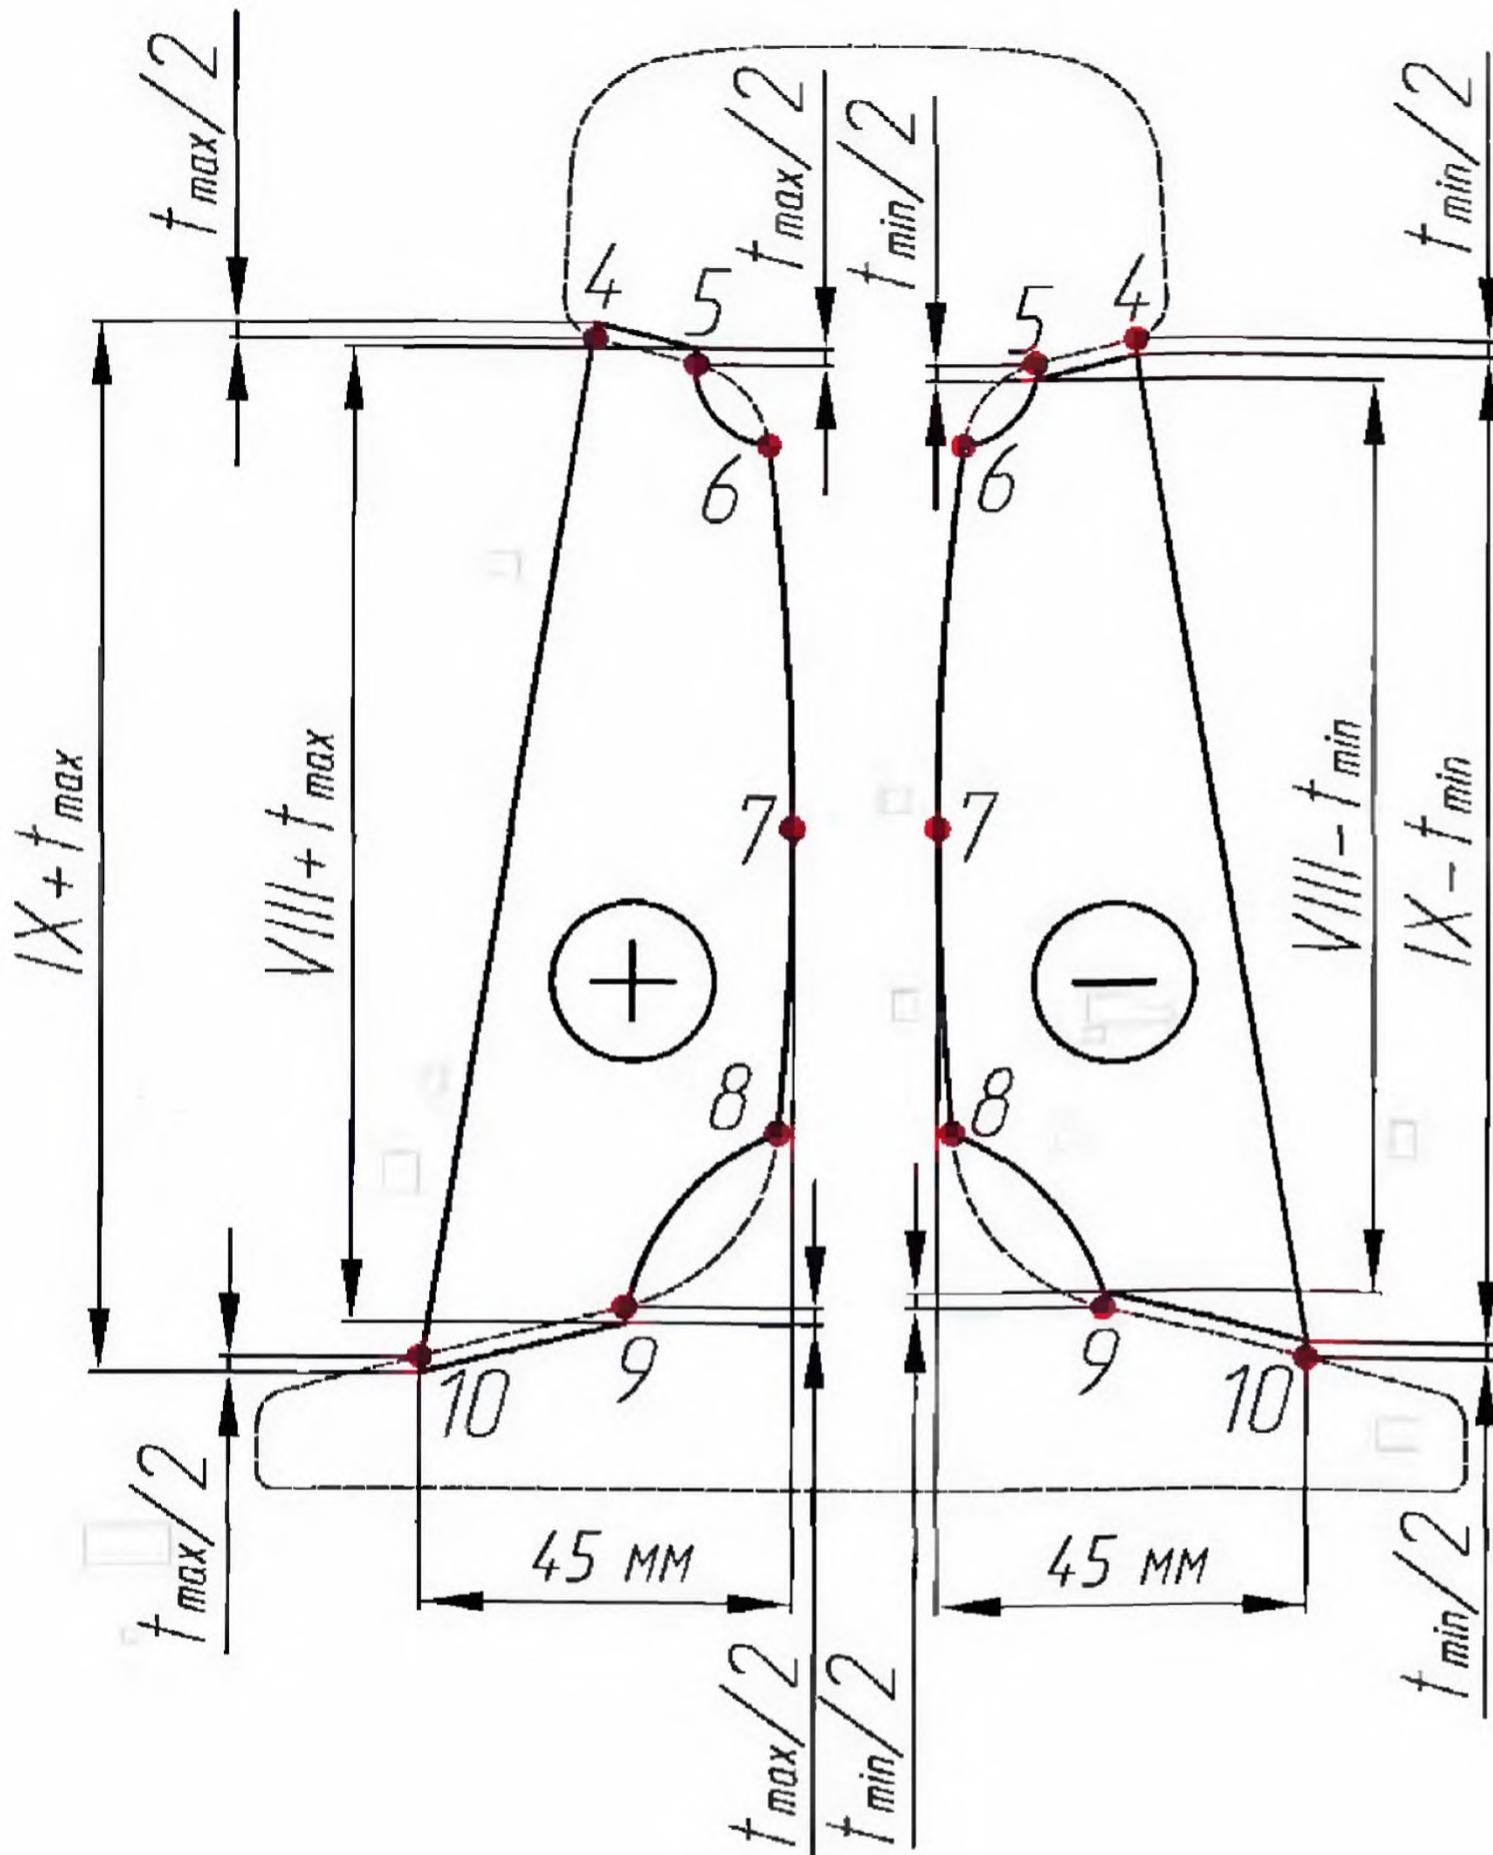


t_{max} , t_{min} – максимальный и минимальный допуски высоты шейки;

Знак «+» означает, что шаблон должен касаться поверхностями уклонов подошвы и головки и не касаться точек 6, 7, 8 поверхности шейки или может касаться;

Знак «-» означает, что шаблон должен касаться точек 6, 7, 8 поверхности шейки и не касаться или может касаться поверхностями уклонов подошвы и головки.


Рисунок Е.10 – Шаблоны контроля высоты шейки рельса

Размеры в мм

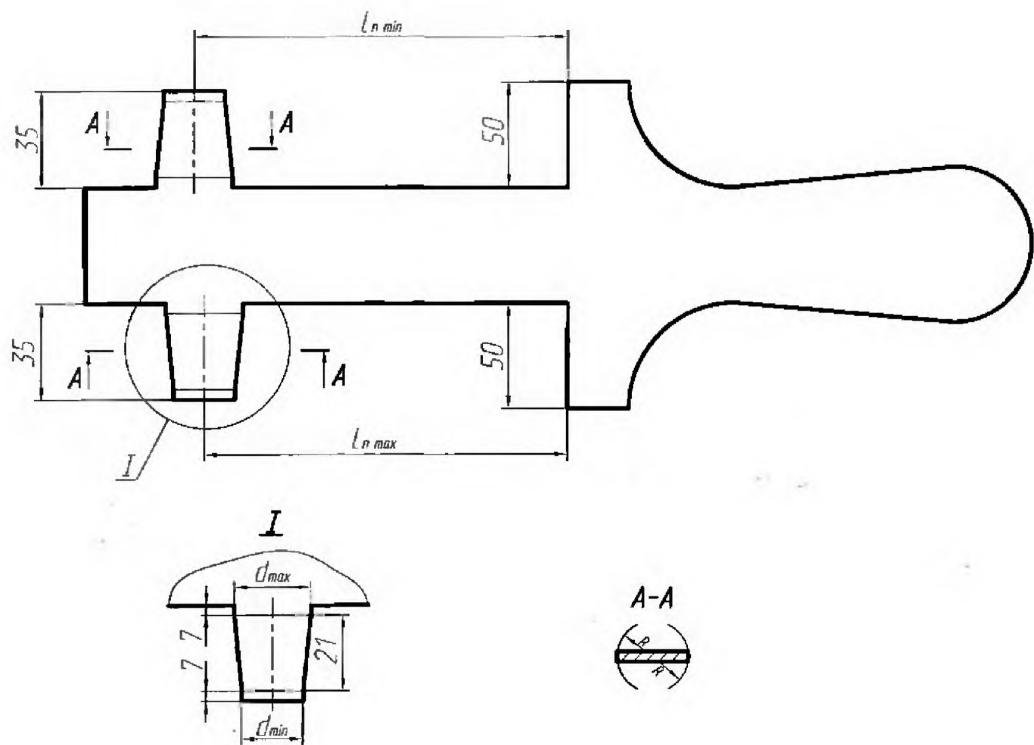

n – номер болтового отверстия.

**Рисунок Е.11 – Шаблон контроля расположения болтовых отверстий
в горизонтальной плоскости**

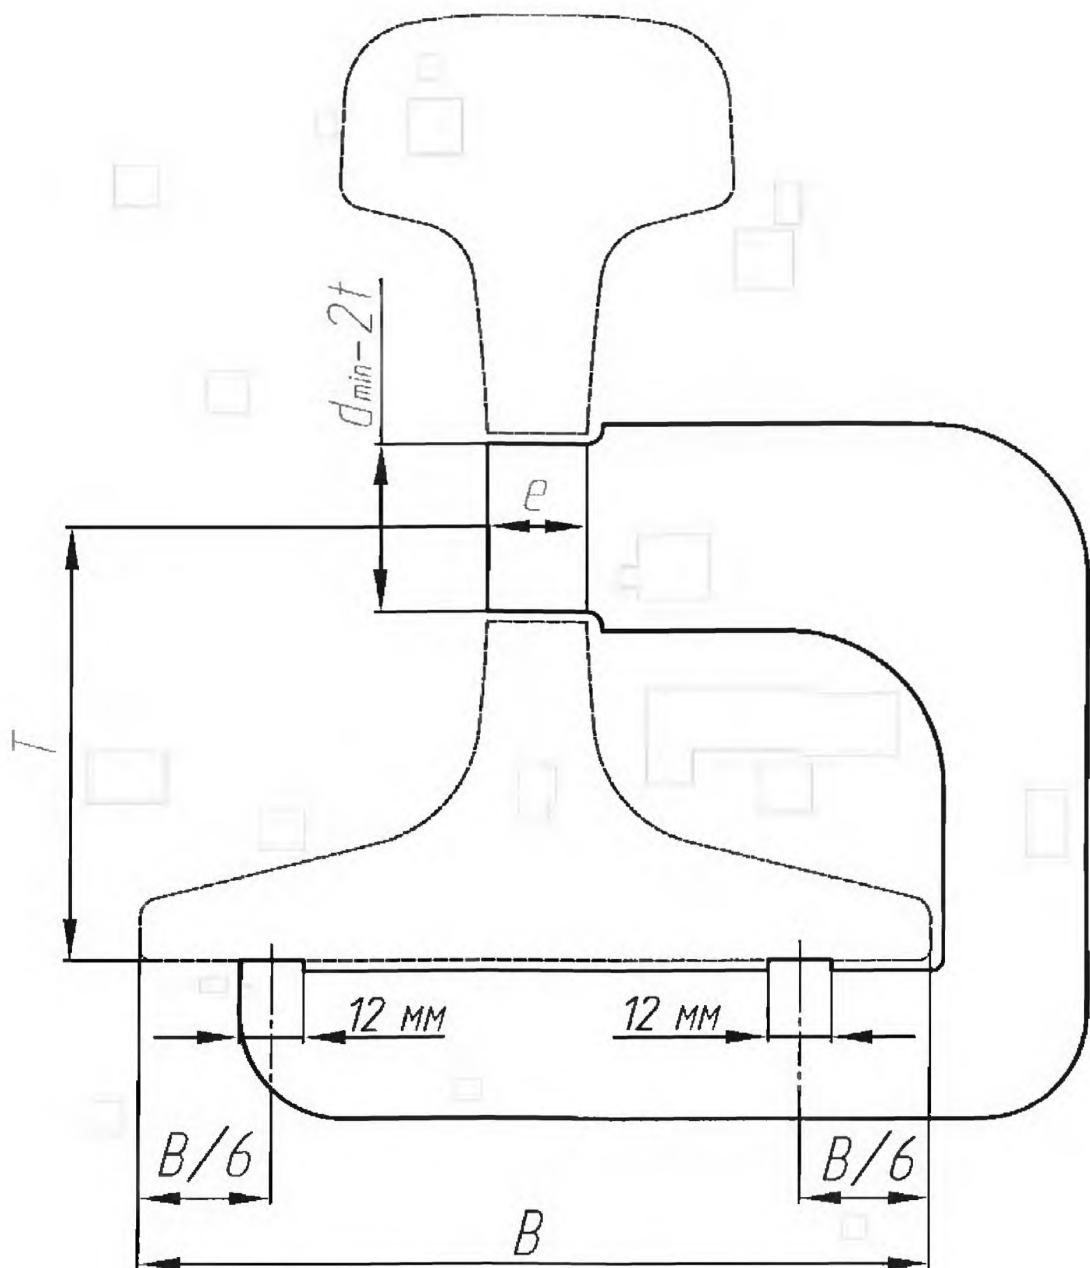

B – ширина подошвы рельса;
 m – высота пера подошвы рельса;
 t – верхнее и нижнее допускаемое отклонение расположения болтового отверстия.

**Рисунок Е.12 - Шаблон контроля расположения болтовых отверстий
в вертикальной плоскости**

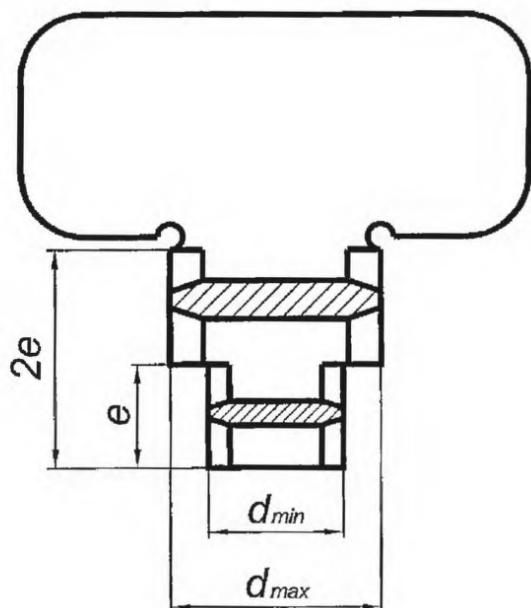


Рисунок Е.13 - Шаблон контроля диаметра болтовых отверстий

Размеры в мм


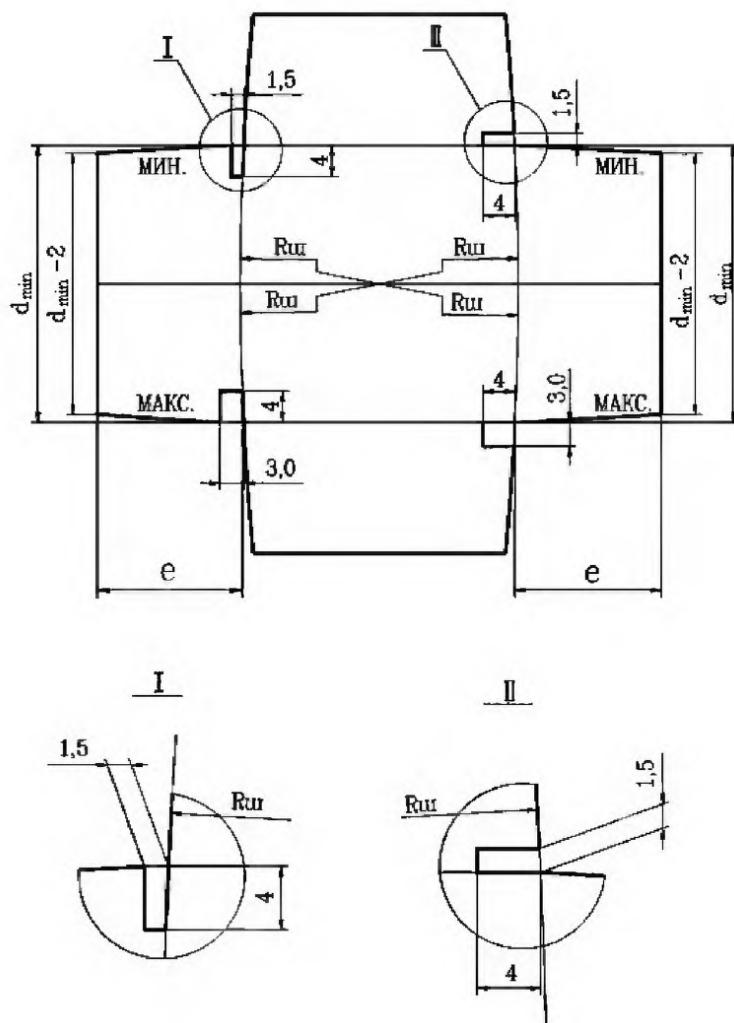


Рисунок Е.14 – Шаблон контроля фасок болтовых отверстий

Размеры в мм

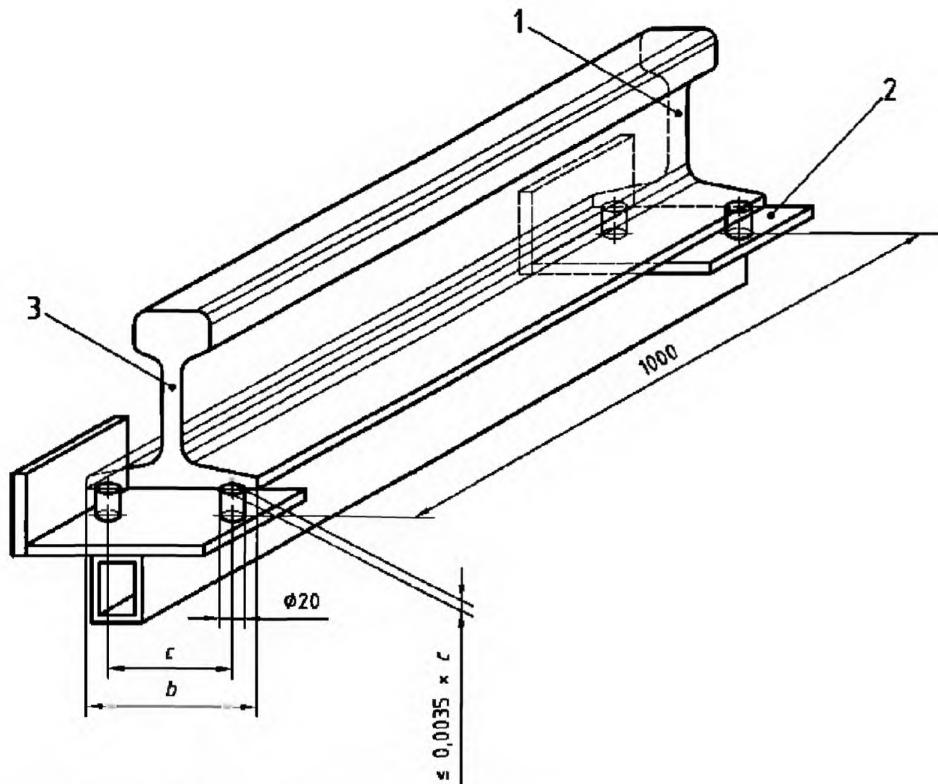

1 – поперечное сечение рельса на расстоянии 1 м от торца;

2 – шаблон;

3 – поперечное сечение на конце рельса;

b – номинальная ширина подошвы рельса;

c – расстояние между опорами.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Диаметр опор – 20 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Расстояние между опорами (c) составляет:

$$c = b - t_{min} - 2R - 2r$$

где t_{min} – минимальный допуск ширины подошвы;


R – наибольший из радиусов закругления нижней части фланцев подошвы;

r – радиус опорных цилиндров на шаблоне.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Нормы по скручиванию концов рельсов в п. 5.2.6 рассчитаны по соотношению $0,0035 \cdot c$.

Рисунок Е.15 – Шаблон и схема контроля скручивания концов рельсов

Размеры в мм

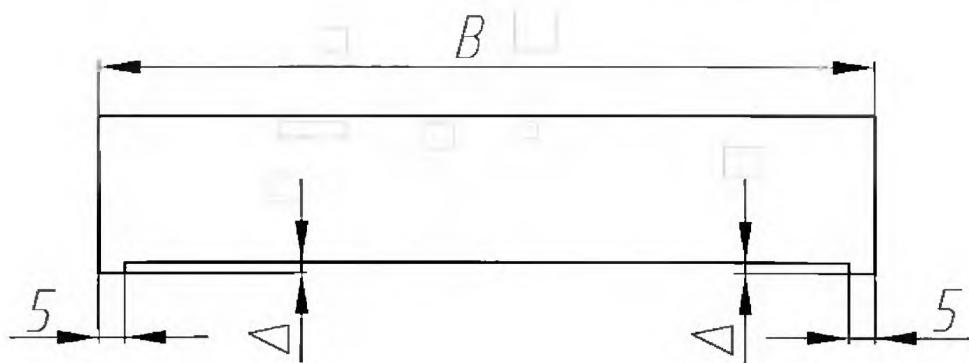

Δ – допускаемая выпуклость основания подошвы (см. Таблицу 4)
В – ширина подошвы рельса

Рисунок Е.16 – Шаблон контроля выпуклости основания подошвы

Приложение Ж
(обязательное)

Шкала макроструктуры рельсов

Ж.1 Макроструктура рельсов должна соответствовать допустимым значениям, установленным в Таблице Ж.1 и на Рисунках Ж.1 – Ж.5, Ж.13.


На Рисунках Ж.6 – Ж.12, Ж.14 – Ж.16 изображены недопустимые макроструктуры рельсов.

Таблица Ж.1

Вид дефекта макроструктуры	Описание дефекта макроструктуры и причин его возникновения	Пределы допустимости	Рисунки
Ликвация	<p>Зоны повышенной (прямая ликвация) или пониженной (обратная ликвация) травимости (на темплете после глубокого травления) или контрастности (на серном отпечатке) и их сочетание вследствие обогащения или обеднения центральной части шейки и прилегающих к ней зон головки и подошвы ликвирующими элементами.</p> <p>Сосредоточенная осевая ликвация представляет собой ярко выраженные темные или светлые полосы в шейке или их сочетание.</p> <p>Рассредоточенная осевая ликвация представляет собой широкую зону, которая по степени травимости приближается к основному металлу и содержит темные или светлые участки в виде штрихов и точек</p>	<p>Распространение со-средоточенной и рас-средоточенной ликвации за пределы шейки в головку и (или) подошву на расстояние не более 15 мм.</p> <p>Ширина ликвационной зоны, не превышающая 1/3 толщины шейки.</p> <p>Наличие несимметрично расположенных относительно вертикальной оси рельса зон повышенной и пониженной травимости при длине такой зоны менее 15 мм</p>	Ж1 (допустимо) Ж2 (допустимо) Ж3 (допустимо) Ж4 (допустимо) Ж5 (допустимо) Ж6 (не допустимо) Ж7 (не допустимо) Ж8 (не допустимо)
Точечная неоднородность	<p>Одиночные точечные растравы (на темплете после глубокого травления) или точки повышенной контрастности (на серном отпечатке), а также их скопления, расположенные в любом элементе профиля рельса.</p> <p>Точки представляют собой неметаллические включения, поры, газовые пузыри и точечные ликвации. Частным случаем</p>	<p>Диаметр одиночных точек не должен превышать 1 мм. Одиночными считаются точки, расстояние между которыми более 6 мм.</p> <p>В одном элементе профиля не должно быть более трех одиночных точек любого диаметра</p>	Ж9 (не допустимо) Ж10 (не допустимо) Ж11 (не допустимо) Ж12 (не допустимо)

Таблица Ж.1 (*продолжение*)

Вид дефекта макро-структуры	Описание дефекта макроструктуры и причин его возникновения	Пределы допустимости	Рисунки
	точечной неоднородностью являются подкорковые пузыри	На темплете (на всем сечении рельса) не должно быть более шести точек любого диаметра. Не допускается наличие скоплений точек любого диаметра. Скоплением считается группа трех и более точек любого диаметра при расстоянии между соседними точками 6 мм и менее.	
Ликвационные полоски	Нитевидные полоски повышенной травимости (на темплете после глубокого травления) или контрастности (на серном отпечатке). Дефект наследуется от внутренних горячих кристаллизационных трещин непрерывнолитых заготовок	Ликвационные полоски не допускаются на глубине менее 25 мм от поверхности катания головки. Длина одиночных ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 5 мм. Длина группы ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 6 мм при протяженности хотя бы одной полоски свыше 3 мм. Длина группы ликвационных полосок в любом элементе профиля не должна превышать 20 мм при протяженности всех полосок менее 3 мм. Группой считается скопление трех и более полосок с расстоянием между соседними полосками 3 мм и менее.	Ж13(допустимо) Ж14(не допустимо) Ж15(не допустимо) Ж16(не допустимо)

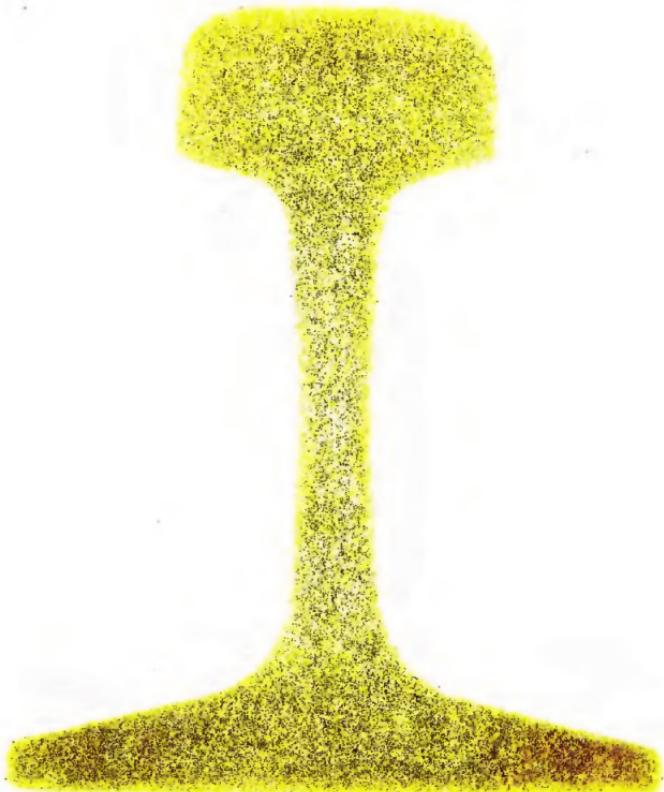

Классификация – допустима

**Рисунок Ж.1 – Макроструктура без ликвации
(серный отпечаток)**



Классификация – допустима

**Рисунок Ж.2 – Незначительная прямая и обратная ликвация
(серный отпечаток)**



Классификация – допустима

**Рисунок Ж.3 – Обратная ликвация в шейке
(серный отпечаток)**




Классификация – допустима

**Рисунок Ж.4 – Незначительная прямая ликвация
(серный отпечаток)**



Классификация – допустима

Рисунок Ж.5 – Осевая ликвация в шейке, простирающаяся в головку и (или) в подошву (серный отпечаток)

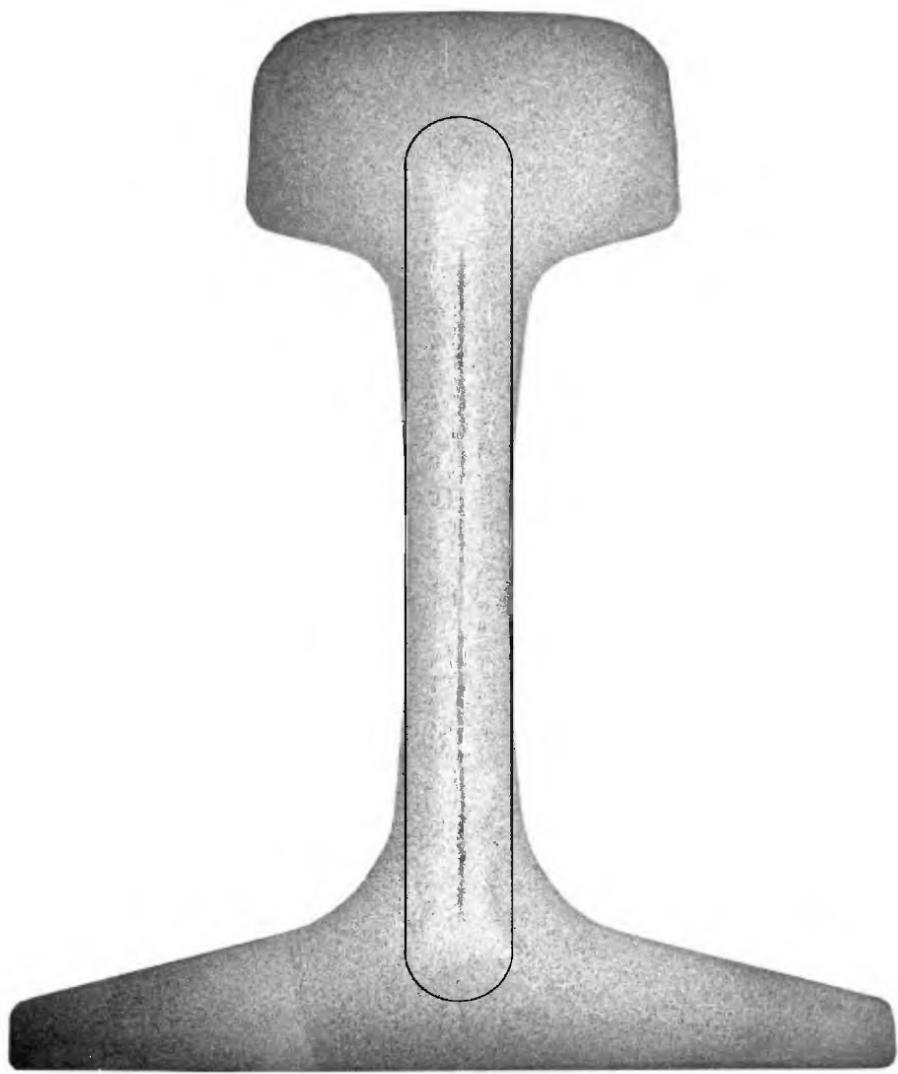

Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.6 – Осевая ликвация, распространяющаяся за пределы шейки в головку и в подошву на расстояние более 15 мм
(глубокое травление)**



Классификация – не допустима

Рисунок Ж.7 – Ликвационная зона, имеющая ширину, превышающую 1/3 толщины шейки (глубокое травление)



Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.8 – Несимметрично расположенные относительно вертикальной оси зоны повышенной и пониженной травимости при длине такой зоны более 15 мм
(глубокое травление)**



Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.9 – Одиночные точки диаметром более 1 мм
(глубокое травление)**



Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.10 – Наличие более 3 одиночных точек в одном элементе профиля
(глубокое травление)**



Классификация – не допустима

Рисунок Ж.11 – Наличие более 6 одиночных точек на поперечном сечении рельса (глубокое травление)



Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.12 – Скопление точек любого диаметра
(глубокое травление)**




Классификация – допустима

**Рисунок Ж.13 – Ликвационные полоски
(серный отпечаток)**




Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.14 – Одиночные ликвационные полоски с длиной более 5 мм
(глубокое травление)**

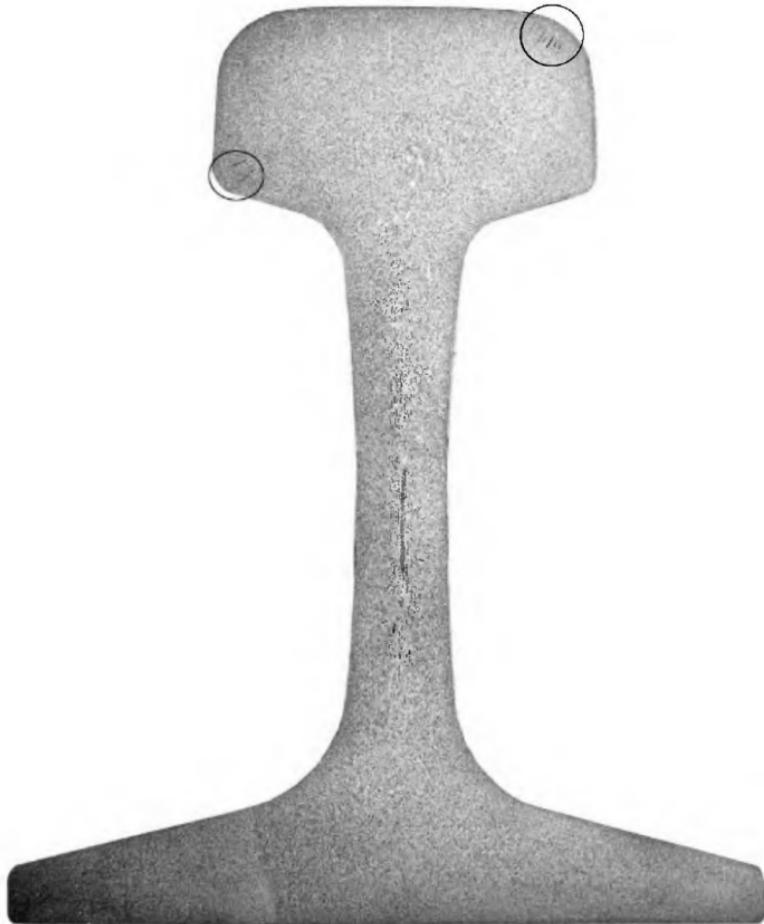

Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.15 – Группа ликвационных полосок с общей протяженностью более 6 мм при протяженности одной полоски более 3 мм
(глубокое травление)**

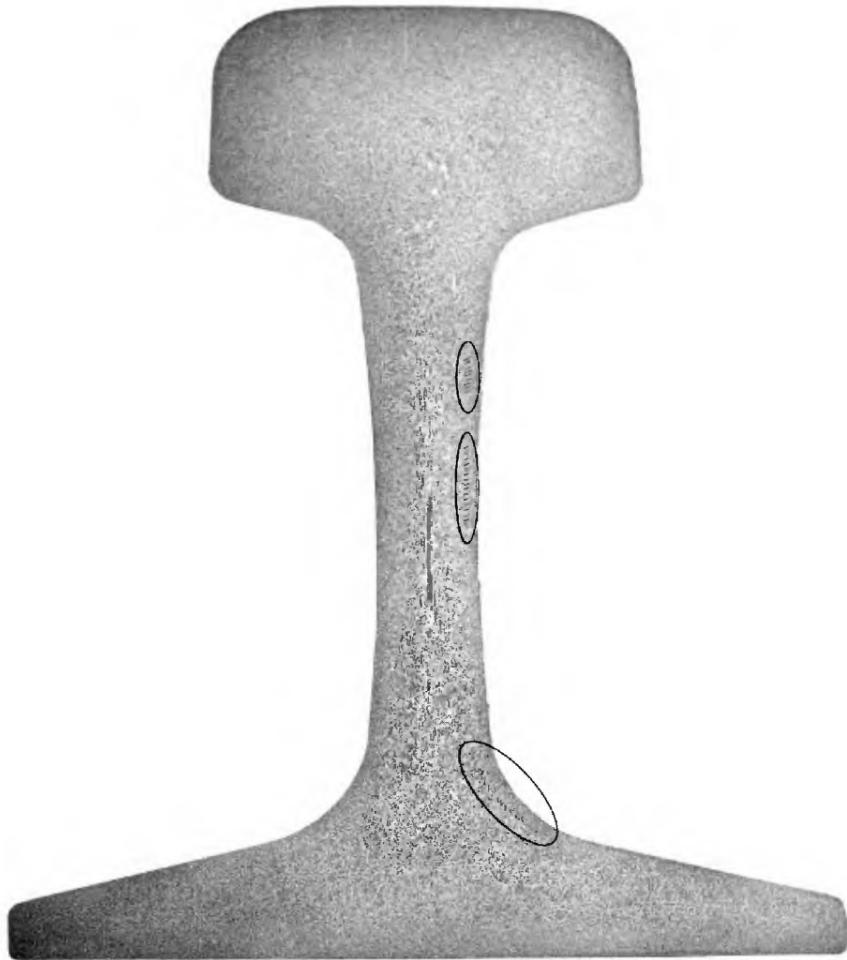

Классификация – не допустима

**Рисунок Ж.16 – Группа ликвационных полосок с общей протяженностью
более 20 мм при протяженности каждой полоски менее 3 мм
(глубокое травление)**

**Приложение И
(обязательное)**

Перезрушающий контроль рельсов

I.1 Общие положения

И.1.1 НК рельсов осуществляет подразделение НК, аккредитованное в установленном порядке. К проведению НК и оценке качества рельсов допускают персонал, аттестованный на уровень квалификации, указанный в технологической документации на контроль.

И.1.2 НК рельсов должен обеспечивать сканирование со сплошной регистрацией сигналов и сопутствующий контролю информации в электронном виде и выдачу протокола, содержащего информацию о выполнении контроля каждого рельса, об отсутствии или наличии в нем дефектов и ложных индикаций.

НК должен обеспечивать выявление следующих дефектов и недопустимых отклонений рельсов от требований настоящего стандарта в пределах чувствительности метода НК:

- внутренних несплошностей в головке, шейке и средней части подошвы (см. 5.5);
- дефектов макроструктуры рельсов в головке и шейке (см. 5.5);
- дефектов поверхности катания головки и основания подошвы (см. 5.6.5);
- недопустимых отклонений формы и размеров поперечного сечения рельса (см. 5.1.1),
- недопустимых отклонений от прямолинейности рельсов, скручивания (см. 5.1.5, 5.1.6).

И.1.3 НК подвергают рельсы по всей длине. Концевые участки рельсов, не проконтролированные при автоматизированном НК, подлежат обрезке либо дополнительному механизированному или ручному НК. Длина концевых участков рельсов, не подвергаемых автоматизированному НК, должна быть указана в технологической документации на НК.

И.1.4 Для выявления дефектов в рельсах при их производстве следует применять следующие методы НК:

- метод А - ультразвуковой импульсный зеркально-теневой метод для выявления несплошностей и дефектов макроструктуры в области головки и шейки, не обнаруживаемых ультразвуковым эхо-методом;
- метод Б - ультразвуковой импульсный эхо-метод для выявления несплошностей и дефектов макроструктуры в области головки, шейки и средней части подошвы;
- метод В - вихревой, магнитный, ультразвуковой или другой метод для выявления дефектов поверхности;
- метод Г - оптический или другой метод для выявления дефектов в виде отклонений от прямолинейности, скручивания, формы и размеров поперечного сечения рельсов.

И.1.5 Для контроля выполнения требований 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6 и 5.5.2, 5.6.1, 5.6.5 следует применять методы А, Б, В, Г с учетом категории рельсов.

И.1.6 При НК рельсов методами А и Б должно быть обеспечено прозвучивание поперечных сечений рельса с шагом не более 2,5 мм.

И.1.7 Все образцы, используемые для настройки аппаратуры НК, должны быть аттестованы на соответствие чертежам, согласованным с владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта.

И.2 Неразрушающий контроль рельсов методом А

И.2.1 При НК рельсов методом А должны быть использованы плоско поляризованные поперечные волны, возбуждаемые двумя ЭМАП.

ЭМАП располагают над поверхностью катания (Рисунок И.1а) и у боковой поверхности головки (Рисунок И.1б) так, чтобы плоскости поляризации возбуждаемых поперечных волн совпадали с плоскостью поперечного сечения рельса.

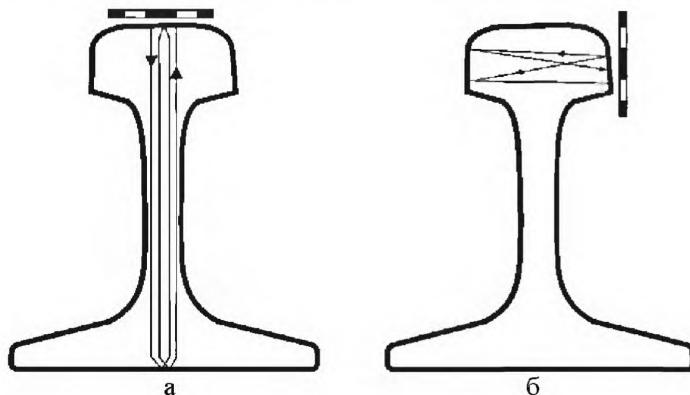


Рисунок И.1 - Схемы сканирования при НК рельсов методом «А»

И.2.2 Номинальные значения частот возбуждаемых ультразвуковых колебаний должны быть в пределах от 1,5 МГц до 2,0 МГц. Допуск на отклонение частоты от номинального значения не должен превышать $\pm 10\%$.

И.2.3 Контроль рельсов со стороны поверхности катания головки (см. Рисунок И.1а) должен быть выполнен по амплитуде второго донного импульса при условной чувствительности не менее 12 отрицательных дБ.

И.2.4 Контроль рельсов со стороны боковой поверхности головки (см. Рисунок И.1б) должен быть выполнен по минимальной из одновременно измеряемых амплитуд первого и второго донных импульсов при условной чувствительности не менее 12 отрицательных дБ.

И.2.5 Настройка условной чувствительности должна быть выполнена по опорному отражателю (поверхность основания подошвы или боковая поверхность головки).

И.2.6 Минимальный условный размер фиксируемых несплошностей должен быть не более 50 мм.

И.3 Неразрушающий контроль рельсов методом Б

И.3.1 При НК рельсов методом Б должны быть использованы продольные волны. Допускается использование поперечных волн.

И.3.2 Головку рельса контролируют с обеих сторон и с поверхности катания. Расположение преобразователей на рельсе должно обеспечивать контроль:

- не менее 70 % поперечного сечения головки рельса (см. Рисунок И.2а);
- не менее 60 % поперечного сечения шейки (см. Рисунок И.2б);
- поперечного сечения подошвы в зоне проекции шейки (см. Рисунок И.2в).

ПРИМЕЧАНИЕ Метод контроля установлен в европейском стандарте [1].

Контролируемые площади сечений рельса условно определяются проекциями номинальных размеров преобразователей.

И.3.3 Номинальные значения частот возбуждаемых ультразвуковых колебаний должны быть:

- для продольных волн - от 2,5 МГц до 5,0 МГц (при контроле головки, шейки с поверхности катания головки и с основания подошвы) и от 5,0 МГц до 7,5 МГц (при контроле шейки сбоку);

- для поперечных волн - от 1,5 МГц до 2,0 МГц.

Допуск на отклонение частоты от номинального значения не должен превышать $\pm 10\%$.

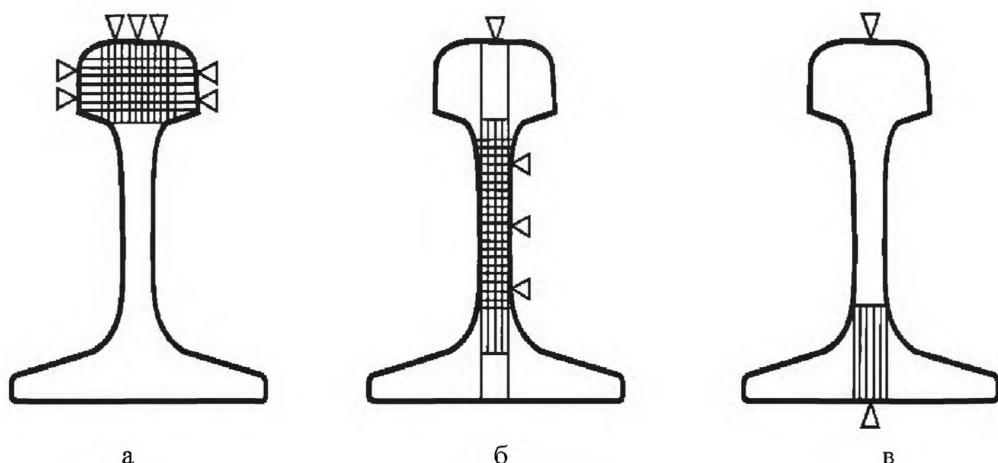


Рисунок И.2 – Схемы сканирования и зоны контроля рельсов методом Б

И.3.4 Чувствительность контроля методом Б должна обеспечивать выявление следующих эталонных отражателей диаметром 2 мм:

а) в головке рельсового образца:

1) в виде плоскодонных отверстий глубиной 15 мм, выполненных под углом 90° к противоположной грани головки (см. Рисунок И.3а);

2) в виде плоскодонных отверстий глубиной 15 мм, выполненных под углом 8° к оси дефектов, указанных на Рисунке И.3а, (см. Рисунок И.3б);

3) в виде сквозного отверстия (см. Рисунок И.3в);

Размеры в мм

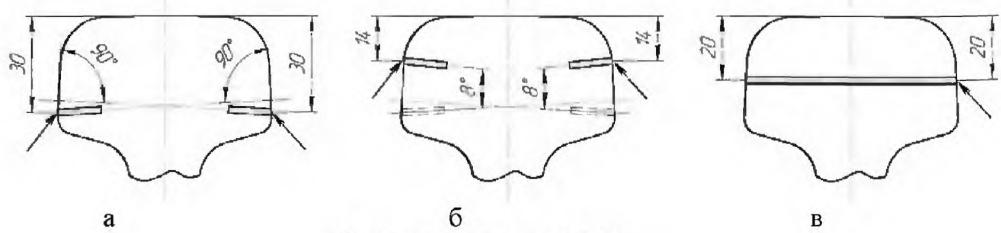


Рисунок И.3 – Расположение отражателей в головке образца

б) в шейке рельса: в виде плоскодонных отверстий глубиной до оси симметрии сечения рельса (см. Рисунок И.4);

в) в подошве рельса: в виде сквозного отверстия (см. Рисунок И.5).

Размеры в мм

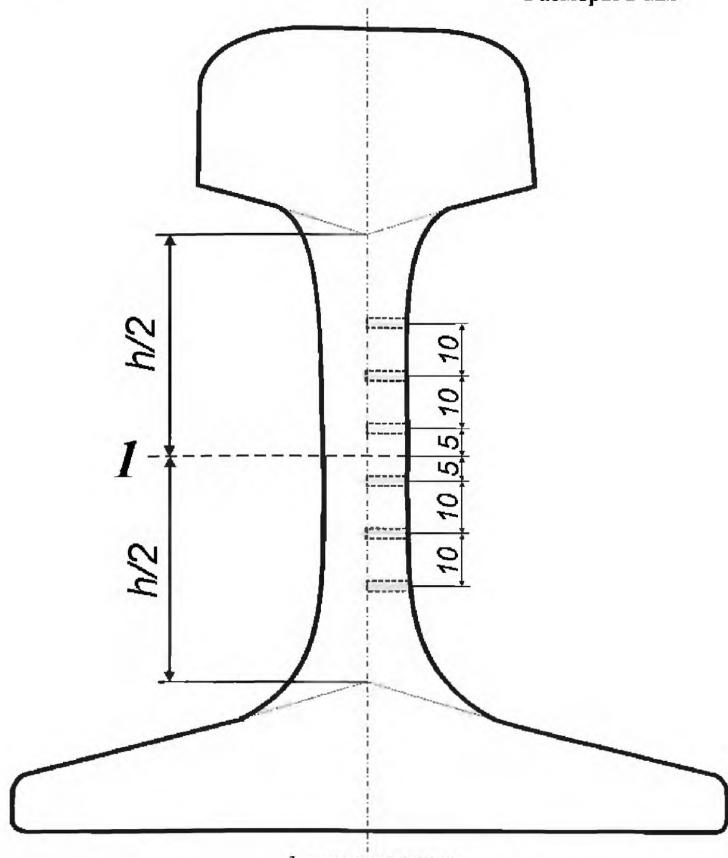


Рисунок И.4 - Расположение отражателей в шейке образца

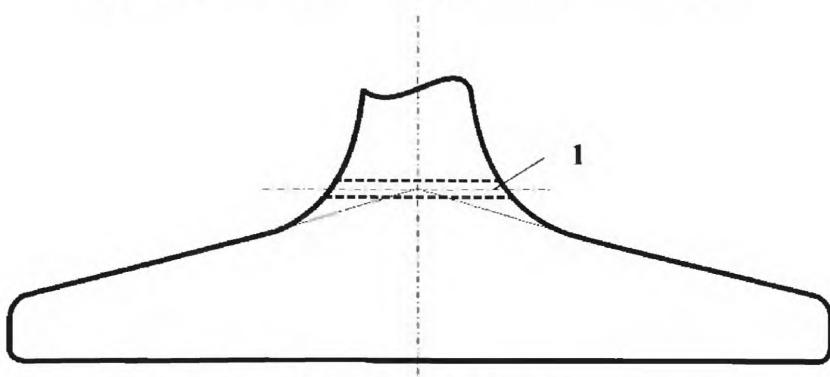


Рисунок И.5 - Расположение отражателя в подошве образца

И.3.5 Контроль рельсов методом Б следует выполнять при условной чувствительности аппаратуры, повышенной на 4 дБ относительно уровня чувствительности, обеспечивающего выявление в рельсовых образцах эталонных отражателей по И.3.4.

И.4 Оценка качества рельсов по результатам неразрушающего контроля методами А и Б

Рельсы считают годными по результатам контроля методами А и Б при отсутствии сигналов о наличии дефектов.

При обнаружении сигналов о наличии дефектов рельс считают условно-дефектным и проводят повторный контроль методами А или Б (соответственно) при повышенной на 2 дБ чувствительности по сравнению с чувствительностью, указанной в И.2.3-И.2.4 и И.3.5 (соответственно), и пониженной в два раза скорости перемещения рельса. Допускается повторение контроля после проведения зачистки рельса. После этого результаты повторного контроля рельса являются окончательными.

И.5 Неразрушающий контроль рельсов методом В

И.5.1 Рельс должен быть подвергнут НК методом В:

- на поверхности катания головки в зоне ± 24 мм от оси симметрии поперечного сечения рельса;
- на нижней (опорной) поверхности подошвы; при этом неконтролируемая зона плоской части подошвы с каждого края подошвы должна быть не более 5 мм.

И.5.2 НК рельсов методом В должен обеспечивать выявление обеих моделей дефектов, имеющих размеры, указанные в Таблице И.1, или одной из них - глубиной 1,0 мм и длиной 20 мм. Допуск на размеры моделей дефектов по глубине и ширине $\pm 0,1$ мм, по длине - $\pm 0,5$ мм.

Таблица И.1 – Размеры моделей поверхностных дефектов

В миллиметрах

Глубина	Длина	Ширина
1,0	20	0,5
1,5	10	0,5

И.5.3 При обнаружении сигналов о наличии дефектов рельс считают условно-дефектным. Решение о дефектности рельса принимают по результатам повторного автоматизированного контроля при пониженной в 2 раза скорости перемещения рельса или ручного (механизированного) вихревокового, магнитного или ультразвукового контроля условно-дефектных участков с учетом технического осмотра.

И.6 Неразрушающий контроль рельсов методом Г

НК рельсов методом Г должен обеспечивать выявление дефектов в виде отклонений от прямолинейности, от размеров поперечного сечения и скручивания рельсов в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Контроль указанных дефектов проводят средствами измерений с точностью не ниже, чем по 7.1, 7.4, 7.5.

**Приложение К
(информационное)**

Допустимые варианты достижения соответствия методом повторной термической обработки и видов последующего контроля и приемки рельсов

Порядок проведения термической обработки, последующего контроля и приемки нетермоупрочненных и дифференцированно упрочненных рельсов

При отклонении от норм настоящего стандарта по обезуглероживанию нетермоупрочненные рельсы из углеродистой стали допускается подвергать объемной закалке с дополнительным контролем обезуглероживания методом твердости.

При отклонении от норм настоящего стандарта по механическим свойствам при растяжении, по ударной вязкости, твердости, микроструктуре, копровой прочности, остаточным напряжениям нетермоупрочненные и дифференцированно упрочненные рельсы следует подвергать нормализации с приемкой партии как рельсы категорий H260, H300, H320.

**Приложение Л
(обязательное)**

Методика металлографического анализа. Сталь. Определение загрязненности оксидными включениями по эталонным изображениям

Л.1 Определение загрязненности оксидными включениями с помощью визуального контроля методами оценки Р и К

Определение загрязненности рельсов строчечными глобуллярными (группы ЕВ) и отдельными глобуллярными (группы ED) включениями выполняют методом металлографического анализа путем сравнения с эталонными изображениями с помощью визуального контроля или автоматических систем анализа изображений.

Для контроля загрязненности рельсов соответствующими включениями наблюдают нетравленую поверхность шлифа, площадь которой должна быть не менее 15 мм × 15 мм под оптическим микроскопом при увеличении 100.

Результатом оценки является наибольшая длина строчечных глобуллярных (группа ЕВ) оксидных включений (P_L), наибольший диаметр отдельных глобуллярных (группа ED) оксидных включений (P_D), суммарный коэффициент загрязненности включениями групп ЕВ и ED (K_a).

Определение данных параметров включений проводят на шести шлифах сравнением с серией эталонных изображений. Необходимо следующее дополнительное оборудование: оптический микроскоп; видеокамера или фотоаппарат (для автоматического сканирования изображения); персональный компьютер (для автоматического анализа изображения); моторизованный предметный столик с джойстиком управления (для автоматического анализа изображения) и программа анализа изображения.

Л.1.1 Сущность методов

Методом оценки загрязненности включениями Р определяют параметры P_L (подсчет наибольшей длины включения), P_D (подсчет наибольшего диаметра) самых крупных включений.

Методом оценки К определяют параметр K_a (суммарный коэффициент загрязненности).

Для определения каждого из параметров P_L , P_D и K_a при помощи микроскопа сканируют нетравленую поверхность каждого из шести шлифов поле за полем.

Длину кромки поля измерения принимают равной 710 мкм (соответствует увеличению микроскопа 100 х и площади одного поля зрения на шлифе, равной 0,5 мм²). Образец устанавливают на предметный столик так, чтобы главное направление деформации было вертикальным по отношению к просматриваемому полю зрения. Включение, пересекаемое кромкой поля зрения, необходимо переместить в пределы поля зрения путем перемещения образца столиком микроскопа.

В результате просмотра поверхности шлифа одновременно регистрируют:

- наибольшую длину (P_L , мкм) строчечных глобуллярных оксидных включений (группа ЕВ) на каждом шлифе;
- наибольший диаметр (P_D , мкм) отдельных глобуллярных оксидных включений (группа ED) на каждом шлифе;
- число включений групп ЕВ и ED, длина которых соответствует значению, начиная с 3 строки серии эталонных изображений (см. Рисунок М.1).

Л.1.2 Определение параметра P_L (наибольшая длина)

В пределах анализируемой площади шлифа находят включения, соответствующие группам EB (см. столбцы 7 - 10) серии эталонных изображений (см. Рисунок Л 1). Регистрируют только номер строки, соответствующей самому крупному включению на поверхности измерения по серии эталонных изображений. В Таблицу Л.1 записывают номер строки самого длинного включения.

Процедуру проводят для каждого из шести шлифов, отобранных от плавки.

Определяют значение длины включения по соответствующей строке серии эталонных изображений и записывают ее в Таблицу Л.1. Затем на каждом из шести шлифов выбирают максимальную длину включения группы EB и вычисляют среднее значение длины.

Окончательным результатом оценки является среднее значение наибольших длин, обнаруженных на шести шлифах.

Л.1.3 Определение параметра P_D (наибольший диаметр)

Определение параметра P_D аналогично определению параметра P_L . Параметр P_D определяют только для включений группы ED сравнением с серией эталонных изображений (см. Рисунок Л.1), по столбцу 6, начиная со строки 1.

В Таблицу Л.1 записывают значение диаметра самого крупного включения, соответствующее эталонным изображениям.

Процедуру проводят для каждого из шести шлифов, отобранных от плавки.

Окончательным результатом оценки считают среднее значение наибольших диаметров, обнаруженных на шести шлифах.

Л.1.4 Определение суммарного коэффициента загрязненности K_a

Каждый шлиф просматривают с помощью микроскопа поле за полем. В пределах поверхности измерения каждого шлифа находят включения групп EB и ED (см. столбцы 7-10 и 6, соответственно), начиная со строки 3 серии эталонных изображений (см. Рисунок Л.1).

Сравнением с серией эталонных изображений, классифицируют каждое включение в пределах каждого поля зрения с присвоением номера строки – q и номера столбца – k. В Таблицу Л.2 записывают число включений групп EB и ED во всех строках и столбцах для каждого поля зрения (в соответствующей строке Таблицы записывают цифру 1, если включение данного класса найдено, включения одного класса записывают через запятую). Затем подсчитывают и записывают общее число включений для каждой группы и каждого класса на каждом из шести шлифов. Подсчет разного количества включений одного класса в одном поле зрения можно заменить оценкой по столбцам 11 – 12 (см. Рисунок Л.1). Также в Таблицу Л.2 записывают площадь одного поля зрения, равную 0,5 мм^2 и общую сканированную площадь на шести шлифах, равную 1350 мм^2 (см. Таблицу Л.2).

Полученные значения общего числа включений переносят из Таблицы Л.2 в соответствующие поля Таблицы Л.3. В Таблице Л.4 приведены значения длины L (мкм), ширины w (мкм), площади a (мкм^2), отношения длины к ширине L/w и коэффициента формы f включений. Ширину включения w рассчитывают по формуле:

$$w = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{a}{L}, \quad (\text{Л.1})$$

где a рассчитывают по формуле:

$$a = \frac{\pi}{4} \cdot L \cdot w . \quad (\text{Л.2})$$

Из Таблицы Л.4 в Таблицу Л.3 записывают значение площадей классов. Затем умножают общее число оксидных включений на соответствующую площадь класса (см. Таблицу Л.4) и получают общую площадь. Для каждого вида оксидных включений суммируют общие площади и получают промежуточную сумму.

Отдельно для EB и ED подсчитывают их общую площадь. Умножая общую площадь включений EB и ED на средний множитель, получают взвешенную сумму площадей.

Средний множитель (при увеличении 100) для оксидных включений группы ED равен 0,5; для оксидных включений группы EB – 0,355. Переписывают из Таблицы М.3 значение сканированной площади. Вычисляют промежуточные значения K_a^{EB} и K_a^{ED} делением взвешенной суммы площадей включений на сканированную площадь.

K_a равно сумме промежуточных значений K_a^{EB} и K_a^{ED} , соответствующих группам включений EB и ED.

Результатом оценки считают суммарное значение загрязненности оксидными включениями K_a из Таблицы Л.3.

Л.2 Определение загрязненности оксидными включениями с помощью автоматической системы анализа изображений

Загрязненность оксидными включениями с помощью автоматической системы анализа изображений контролируют определением параметров P_L , P_D и K_a путем сканирования с помощью микроскопа в автоматическом режиме нетравленой поверхности каждого из шести шлифов. Размер кромки поля зрения должен быть равным 710 мкм. Образец устанавливают на предметный столик микроскопа так, чтобы главное направление деформации было вертикальным по отношению к просматриваемому полю зрения.

В автоматической системе анализа изображений параметры P_L , P_D и K_a определяются аналогично Л.1.1, Л.1.2, Л.1.3.

Анализ должен включать следующие этапы:

- калибровка анализатора изображения по объект-микрометру;
- установка шлифа/шлифов на предметный столик микроскопа;
- установка параметров сканирования шлифа и анализа изображения (площадь сканирования, оптимальный уровень закрашивания оксидов, условия фокусировки);
- проведение сканирования поверхности шлифов для идентификации включений;
- проверка правильности идентификации включений;
- подготовка отчета.

	6	7	8	9	10	11	12
Столбец							
Строка							
1							8
2							16
3	.						32
4	*						
5	•		—	—	—		
6	●		—	—	—		
7		—	—	—	—		
8		—	—	—	—		
9		—	—	—	—		
	δ	β	β	β	β		

δ – глобулярные нерегулярные включения;

β -глобулярные строчечные включения:

столбец 6 – отдельные глобулярные включения;

столбцы 3 – 6 – делительные глобулярные включения; столбцы 7 – 10 – строчки из глобулярных включений;

столбец 11 – разное число глобулярных включений

столбец 11 – разные числа глюкуллярных ячеек,

Рисунок Л.1 Серия эталонных изображений

Таблица Л.1 – Бланк для регистрации и расчета результатов определения параметров P_D и P_L наибольших включений

Номер шлифа	группа ED, столбец 6		группа EB, столбец 7...10		
	Длина, P_D , мкм		Номер строки	Длина, P_L , мкм	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Максимальное значение, мкм	P_D			P_L	
Сумма, мкм					
Среднее значение в мкм					

Таблица Л.2 – Бланк для записи содержания включений

Строка	группа EB, столбец 7		группа EB, столбец 8		группа EB, столбец 9		группа EB, столбец 10		группа ED, столбец 6	
	Число включений	Общее число включений	Число включений	Общее число включений	Число включений	Общее число включений	Число включений	Общее число включений	Число включений	Общее число включений
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Площадь одного поля зрения, $\text{мм}^2 - 0,5 \text{ мм}^2$

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Общая сканированная площадь, $\text{мм}^2 - 6 \text{ шлифов} \times 225 \text{ мм}^2 = 1350 \text{ мм}^2$.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Исходная точка для строчечных, вытянутых и отдельных глобулярных оксидных включений: строка 3.

Таблица Л.3 – Бланк для расчета суммарного коэффициента загрязненности K_a

№ строки	группа ЕВ, столбец 7			группа ЕВ, столбец 8			группа ЕВ, столбец 9			Группа ЕВ, столбец 10			группа ЕД, столбец 6		
	Общее число	Площадь	Общая площа-	Общее число	Площадь	Общая площа-	Общее число	Площадь	Общая площа-	Общее число	Площадь	Общая площа-	Общее число	Площадь	Общая площа-
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
Промежуточная сумма															
Общая площадь включений															
Средний множитель															
Взвешенная сумма площадей, мкм^2															
Общая сканированная площадь, мм^2															
Промежуточное K_a , $\text{мкм}^2/\text{мм}^2$															
Суммарный K_a , $\text{мкм}^2/\text{мм}^2$															
Исходная точка для строчечных, вытянутых и отдельных глобуллярных оксидных включений: строка 3															

Таблица Л.4 – Длина, ширина, площадь, отношение длины к ширине включений и коэффициенты формы для изображений включений

Строка, q	L, мкм		Столбцы, k				Глобулярные включения, Столбец 6, D, не менее 3 мкм
			7	8	9	10	
1	5,50	w, мкм	-	-	2,00	-	5,50
		a, мкм ²	-	-	9,00	-	24
		L/w	-	-	2,70	-	1,00
		f	-	-	0,58	-	0,00
2	11	w, мкм	-	-	3,00	8,00	11
		a, мкм ²	-	-	25	71	95
		L/w	-	-	3,80	1,34	1,00
		f	-	-	0,56	0,12	0,00
3	22	w, мкм	-	-	4,00	12	22
		a, мкм ²	-	-	71	200	380
		L/w	-	-	5,40	1,90	1,00
		f	-	-	0,55	0,21	0,00
4	44	w, мкм	-	2,00	6,00	16	44
		a, мкм ²	-	71	200	565	1525
		L/w	-	22	7,60	2,70	1,00
		f	-	0,81	0,54	0,26	0,00
5	88	w, мкм	-	3,00	8,00	23	88
		a, мкм ²	-	200	565	1600	6100
		L/w	-	30	11	3,80	1,00
		f	-	0,76	0,53	0,30	0,00
6	176	w, мкм	-	4,00	12	33	176
		a, мкм ²	-	565	1600	4525	24500
		L/w	-	43	15	5,40	1,00
		f	-	0,73	0,53	0,33	0,00
7	353	w, мкм	2,00	6,00	16	46	-
		a, мкм ²	566	1600	4525	12800	-
		L/w	177	61	22	7,60	-
		f	0,88	0,70	0,52	0,35	-
8	705	w, мкм	3,00	8	23	65	-
		a, мкм ²	1600	4525	12800	36200	-
		L/w	244	86	30	11	-
		f	0,84	0,68	0,52	0,36	-
9	1410	w, мкм	4,00	12	33	93	-
		a, мкм ²	4525	12800	36200	102400	-
		L/w	345	122	43	15	-
		f	0,81	0,66	0,52	0,38	-

Библиография

- [1] Технический Регламент Таможенного Союза 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».
- [2] Технический Регламент Таможенного Союза 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».
- [3] EN 13674-1:2011 Железные дороги – Путь – Рельсы – Часть1: Рельсы Виньоля от 46 кг/м и более (Bahnanwendungen – Oberbau – Schienen – Teil 1: Vignolschienen ab 46 kg/m).
- [4] EN 10247:2007 Металлографическое определение содержания неметаллических включений в сталях по эталонным изображениям (Metallographische Prüfung des Gehaltes nichtmetallischer Einschlüsse in Stählen mit Bildreihen; Deutsche Fassung).

Басуға _____ ж. кол қойылды Пішімі 60x84 1/16
Қағазы оффсеттік. Қаріп түрі «KZ Times New Roman»,
«Times New Roman»
Шартты баспа табағы 1,86. Тарапалымы ____ дана. Тапсырыс ____

«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты»
республикалық мемлекеттік кәсіпорны
010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 11 үй,
«Эталон орталығы» ғимараты
Тел.: 8 (7172) 79 33 24