

КТ-19.0-1.8-68	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	Разработана трестом "Оргтехстрой" Минпромстроя БССР ^{х)}
Карта трудового процесса строительного производства	Устройство наливного поливинилацетатного покрытия пола	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт КТ-19.0-1		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при устройстве наливных поливинилацетатных покрытий полов промышленных зданий.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух маляров выполнить за смену 135 м² наливных полов.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	68	32
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	11,8	25

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

маляр IV разряда (M_1) - 1
маляр III " (M_2) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Растворонасос со шлангами	С-251	1
Компрессор со шлангами	СО-2 или СО-7	1
Удочка-форсунка двухканальная	Чертежи спецтреста № 38 Главзапстроя ^{х)}	1
Ведро для мастики	-	2
Вискозиметр	В3-4, ГОСТ 9070-59	1
Секундомер механический	ГОСТ 5072-67	1

^{х)} Минск, Ленинский проспект, 8.

^{хх)} Ленинград, Д-11, ул. Кленовая, 2.

КТ-19.0-1.6-68

Продолжение

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Очки защитные	ГОСТ 9802-61	2
Перчатки резиновые технические	ГОСТ 10108-62	2

2.3. Расход материалов на 100 м² наливного пола

Наименование	Вязкость по ВЗ-4, сек	Количество, л
Мастика поливинилацетатная	120-140	190
То же	100-120	90

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До устройства наливного поливинилацетатного покрытия пола необходимо: закончить подготовку основания; обеспечить температуру воздуха в помещении на уровне пола не ниже +10°C.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Выравнивающий слой покрытия наносят мастикой вязкостью 120-140 сек, а лицевой - 100-120 сек (вязкость определяют вискозиметром ВЗ-4 при температуре 15-20°C).

Мастику наносят удочкой-форсункой (можно применять удочку-распылитель от шпаклевочного агрегата С-562) с соплом диаметром 4 мм для мастики вязкостью 120-140 сек и 6 мм для мастики вязкостью 100-120 сек.

Мастику подают к удочке-форсунке с помощью растворонасоса С-251 по резиновым шлангам. При подаче мастики на уровне одного этажа давление в шлангах поддерживают не менее 2 ати и регулируют его перепускным краном растворонасоса. Длина шлангов не должна превышать 100 м.

Мастику наносят полосами шириной 1,5 м, начиная от стены противоположной входу в помещение. Второй слой мастики наносят только после затвердения первого.

При перерыве в работе толщину слоя мастичного покрытия (лицевого или выравнивающего) сводят на нет. Стык выполняют внахлестку шириной 15-20 см.


Тару, инструменты, механизмы, шланги, приспособления, краны, вентили и пробки после окончания работы и во время перерывов промывают водой, удаляя остатки мастики и эмульсии.

КТ-19.0-1.6-68

4.2. Составы смесей

Компоненты	Количество в весовых частях	
	для выравнивающего слоя	для лицевого слоя
Эмульсия поливинилацетатная пластифицированная	1	1
Маршалит	3	2
Пигмент	0,1-0,2	0,06-0,16
Вода	0,4-0,5	0,3-0,4

4.3. Организация рабочего места

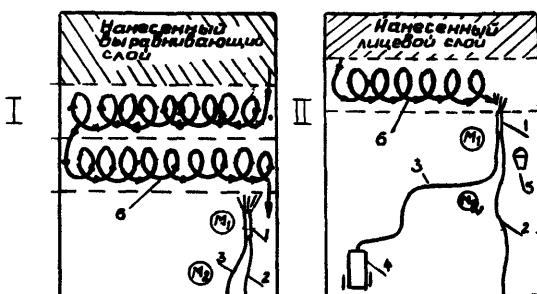

I - нанесение выравнивающего слоя; II - нанесение лицевого слоя

 M_1, M_2 - рабочие места маляров

1 - удочка-форсунка; 2 - материальный шланг; 3 - воздушный шланг; 4 - компрессор; 5 - ведро; 6 - направление движения удочки

4.4. График трудового процесса

№ п/п	Наименование операции	Время, мин							Продолжи- тельность, мин.	Затраты труда, час-мин
		60	120	180	240	300	360	420		
1	Нанесение выравниваю- щего слоя								212	424
2	Нанесение лицевого слоя на предыдущей захватке								196	392
<i>Итого на 115 м² покрытия пола</i>										816

Примечание. В затраты труда включен время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

КТ-19.0-1.6-68

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по граф- фику	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда
1	Нанесение выравнивающего слоя; 212 мин; M_1, M_2 ; компрессор, удочка-форсунка, ведро, резиновые перчатки, защитные очки	Маляр M_1 берется левой рукой за седалину удочки-форсунки, а правой за ее конец возле кранов и подносит к ведру. В это время маляр M_2 сигнализирует на узел приготовления о подаче мастики и включает компрессор



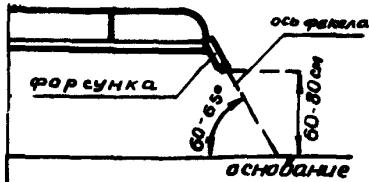


Схема работы удочки-форсунки

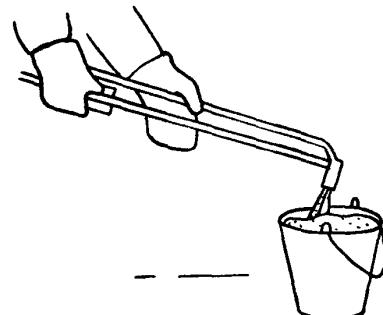

При поступлении мастики в удочку маляр M_1 с помощью кранов регулирует над ведром факел распыления, добиваясь его равномерности. Сопло удочки должно находиться на расстоянии 60-80 см от поверхности основания, а ось факела должна составлять с плоскостью пола угол в 60-65°

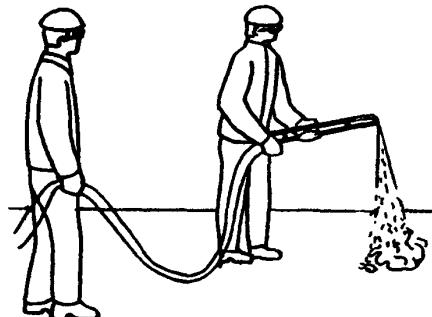

Перемешаясь параллельно одной из границ захватки, маляр M_1 наносит мастику равномерным слоем, производя круговые движения в плоскости параллельной основанию. Маляр M_2 переносит шланги, следит за работой компрессора, поддерживает связь с узлом приготовления и подменяет маляра M_1 во время его отдыха

^{x)}На 115 м² покрытия пола.

КТ-19.0-1.8-68

Продолжение

№ по граф- фiku	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда
-----------------------	--	------------------------------

2 Нанесение лицевого слоя;
198 мин;
 M_1, M_2 ;

удочка-форсунка, ведро,
резиновые перчатки, за-
щитные очки

Лицевой слой маляры наносят так же, как
и выравнивающий

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманская 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 10 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28