



ОГНЕУПОРЫ

**И ОГНЕУПОРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ**





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ОГНЕУПОРЫ
И ОГНЕУПОРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва — 1975

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры и огнеупорные изделия» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1974 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

ГОСТ

7875—56

Огнеупорные изделия
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ

Взамен
ОСТ НКТП 3267,
в части раздела IV

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 10/1 1956 г. Срок введения установлен

с 1/1 1957 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Метод испытания огнеупорных изделий на термическую стойкость (термостойкость) заключается в определении количества теплосмен (нагревов и резких охлаждений), которые может выдержать изделие до определенной степени его разрушения.

2. Метод предназначен для определения термической стойкости следующих огнеупорных изделий: шамотных, полукислых, высокоглиноземистых, форстеритовых, шпинельных, магнезитохромитовых, хромомагнезитовых, хромитовых, графитовых (на керамической связке) и карборундовых.

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

3. Образцами для испытаний служат кирпичи нормальных размеров (230×113×65 мм) с допусками по всем измерениям ±5 мм.

Клин ребровый и клин торцовый нормальных размеров испытывают так же, как кирпич нормальных размеров.

Для испытаний допускаются образцы, изготовленные из изделий другой конфигурации, соответствующие по форме и размерам изделиям нормального формата. При изготовлении таких образцов допускаются для испытания изделия толщиной до 80 мм. В протоколе испытаний отмечают первоначальную форму изделий, из которых были изготовлены образцы.

При нормировании термической стойкости в стандартах на специальные огнеупорные изделия допускаются образцы других размеров для испытаний.

Изделия, которые по своей конфигурации не пригодны для изготовления из них образцов нормального формата размерами 230×113×65 мм (например, изделия стопорные и сифонные для

разливки стали, тонкостенные — толщиной менее 50 мм и другие), по настоящему методу не испытываются.

ПЕЧЬ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

4. Для нагревания образцов служит специальная электрическая печь с карборундовыми нагревателями (см. чертеж в приложении 1).

Печь рассчитана на одновременное испытание пяти кирпичей нормального формата. Регулирующее устройство должно обеспечивать поддержание заданной температуры печи во время выдержки в ней образцов для испытания с точностью $\pm 10^\circ \text{C}$.

5. Для охлаждения нагретых образцов проточной водой служит бачок, рассчитанный на одновременное охлаждение пяти кирпичей. Устройство и размеры бачка показаны на чертеже.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ

6. Подлежащие испытанию образцы высушивают при температуре 110°C до постоянной массы и взвешивают с точностью до 5 г. Один из торцов кирпичей маркируется индексом партии и порядковым номером образца (1, 2, 3 и т. д.).

НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

7. Образцы вводят немаркированным торцом на 50 мм, в рабочее пространство печи, предварительно разогретой до 1300°C .

При первоначальном разогреве печи дают 15-минутную выдержку при температуре 1300°C .

Свободное пространство между отдельными образцами, а также между ними и стенками загрузочного отверстия печи, закладывается легковесными шамотными вкладышами и асбестом. Снизившуюся при помещении образцов температуру в течение 10—20 мин снова поднимают до 1300°C и при этой температуре выдерживают образцы 10 мин. Колебания температуры в процессе выдержки образцов допускаются в пределах $\pm 10^\circ$.

Термопара должна быть установлена в печи между испытуемыми образцами и карборундовыми нагревателями на высоте середины образцов и на расстоянии 10 мм от их концов, введенных в печь.

8. После нагревания образцы вынимают из печи и опускают нагретым концом в специальный бак с проточной водой (температура воды $5\text{—}25^\circ \text{C}$) на глубину 50 мм.

Охлаждение образцов продолжается 5 мин, затем их вынимают из воды и выдерживают 5—10 мин на воздухе. Во время охлаждения образцов загрузочное отверстие печи должно быть закрыто.

9. Нагрев и охлаждение повторяют до потери 20% массы образца. Каждый нагрев с последующим охлаждением составляет «теплосмену».

Для обеспечения одинаковых условий испытания с каждой последующей теплосменой меняют положение кирпичей в печи, перемещая их на один кирпич: 1-й на 2-й, 2-й на 3-й и т. д., а 5-й на 1-й, кроме того, каждый кирпич поворачивают на 180° вокруг продольной оси.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

10. После каждой теплосмены остывшие образцы осматривают и затем отмечают: появление трещин, потерю массы и характер разрушения (выкрашивание или отколы материала).

Для установления момента окончания испытания, соответствующего потере примерно 20% первоначальной массы определяют потерю массы после каждой теплосмены взвешиванием кирпича. Окончательную потерю массы образцами определяют взвешиванием высушенных в термостате кирпичей.

Результаты испытаний выражают в целых теплосменах, которые выдержал образец до потери 20% первоначальной массы. Теплосмена, в которой потеря массы превысила 20%, в счет выдержавших теплосмен не включается.


11. Показателем термостойкости партии огнеупоров считается среднее арифметическое результатов, полученных после испытания всех образцов.

12. Форма записи результатов испытания приведена в приложении 2.


13. Условное обозначение теплостойкости нормального или близкого к нему образца, испытанного при температуре 1300° С и выдержавшего 13 теплосмен:

$$TC_{1300}=13.$$

Печь для испытания огнеупоров на

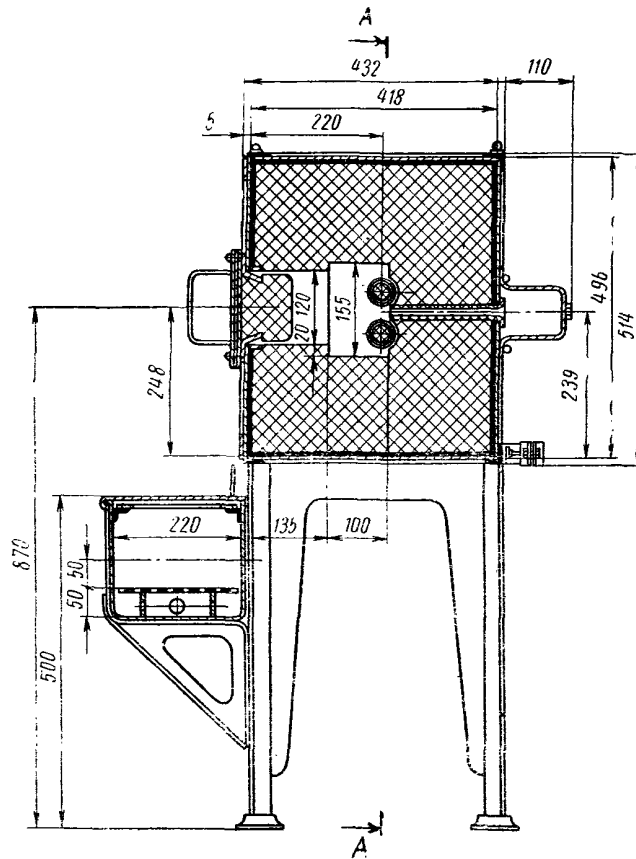

термическую стойкость при 1300° С

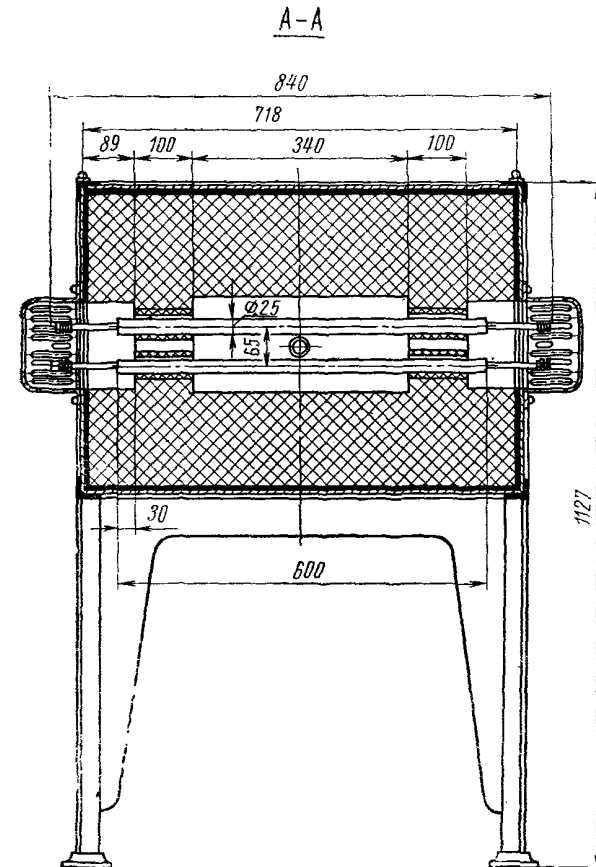

**ФОРМА ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
НА ТЕРМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ**

I. Для одного образца (форма предварительной записи)

Определение термостойкости образца № _____ партии № _____

Наименование материала _____

Завод-изготовитель _____

Класс изделия, марка _____

Размер изделия в мм _____

Размер образца в мм _____

Температура нагрева образца _____

Дата испытания _____

Номера по порядку (теплосмены данного образца)	Время				Отметка о появле- нии трещин	Потеря массы		Примечание
	загрузка об- разаца в печь		начала вы- держки при 1300 °С			г	%	
	ч	мин	ч	мин				

Число теплосмен до появления трещин _____

» » до начала потерь массы _____

» » до 20% потери массы _____

Общая потеря массы % _____

Исполнитель _____ (подпись)

II. Для всех образцов данной партии (форма сводной записи с примером заполнения)

Определение термостойкости партии № 763

Наименование материала: термостойкий магнезитохромитовый кирпич

Завод-изготовитель: «Магнезит», Сатка, Челябинской обл.

Класс изделия, марка: МХС-1

Размер изделия в мм: 460×150×75

Размер образцов в мм: 230×113×75

Температура нагрева образцов: 1300° С

Дата испытаний: 23—25 октября 1955 г.

Номер образца	Количество теплосмен			Общая потеря массы, %	Характер разрушения	Примечания
	до появления трещин	до начала потери массы	до 20% потери массы			
1	1	8	14	21	Отколы пластинками или выкрашивание кирпича при надавливании пальцами	Кирпич № 3, судя по цвету, обожжен значительно выше остальных
2	1	6	13	24		
3	1	6	10	22		
4	1	7	15	26		
5	1	9	15	20		
Среднее арифметическое	1	7	13	—		

$$TC_{1300} = 13$$

Исполнитель _____ (подпись)

Начальник лаборатории _____ (подпись)

При оценке полученных по настоящему стандарту результатов (a) сравнительно со значениями термостойкости по отмененному ОСТ НКТП 3267 (p) могут быть приняты следующие средние переходные коэффициенты.

Для алюмосиликатных и карбидных изделий

$$\frac{a}{p} \approx 0,5;$$

для хромистых (термостойких) изделий:

$$\frac{a}{p} \approx 0,3.$$

Огнеупоры и огнеупорные изделия

Редактор С. Г. Вилькина

Переплет художника А. М. Поташева

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректоры Г. М. Фролова и Т. А. Камнева

Сдано в набор 29.03.74-

Формат издания 60×90¹/₁₆

Тир. 40 000 (2-й завод 20 001—40 000)

Бумага тип. № 3

42 п. л.

Изд. № 3638/02

Подп. в печ. 27.01.75

36,5 уч.-изд. л.

Цена 1 р. 94 к.

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3

Великолукская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Псковского облисполкома, г. Великие Луки, Половская, 13. Зак. 505