

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТРУБОПРОВОДЫ ПЛАСТИММАССОВЫЕ  
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  
СВАРНЫЕ И ФОРМОВАННЫЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ  
И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические требования

ОСТ 36 - 56 - 81

Издание официальное

УДК 621.643.2 - 036.5 (083.74)

Группа Г 18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 36-56-81

ТРУБОПРОХОДНЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ  
ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ И ФОРМОВАННЫЕ  
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ  
ДЛЯ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Технические требования

ОКН 22 9100

Вводится впервые

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР от 6 апреля 1981 г. № 92 срок введения установлен с 1 июля 1981 г.

Необходимо стандарта преследуется по закону.

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на соединительные детали трубопроводов: отводы гнутые и сварные, тройники равнопроходные сварные, переходные сварные, втулки под фланец формованные и переходы формованные, изготовленные из полиэтиленовых и полипропиленовых труб.

Соединительные детали предназначены для соединения труб из полиэтилена и полипропилена и допускаются для эксплуатации в технологических трубопроводных системах, транспортирующих жидкие и газообразные вещества, к которым полиэтилен и полипропилен химически стойк.

---

Издание официальное ГР 8210/53 от  
81.07.03

Перепечатка воспрещена

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Соединительные детали должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ОСТ 36-55-81.

1.2. Соединительные детали должны изготавливаться из полиэтиленовых труб высокого и низкого давления по ГОСТ 18599-73 и полипропиленовых труб, изготавливаемых по нормативно-техническим документам, утвержденным Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

1.3. Предельные отклонения размеров деталей должны соответствовать указанным в табл. I и на чертеже.

мм

Таблица I

| Наружный диаметр $D_n$ | Предельные отклонения          |            |           |
|------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
|                        | расположения торца А, не более |            |           |
| 25-110                 | 0,5                            |            | $\pm 3,0$ |
| 125-160                | 1,0                            | $\pm 10,0$ | $\pm 4,0$ |
| 180-225                |                                |            | $\pm 4,5$ |

1.4. Допуски на наружные диаметры и толщину стенок присоединительных концов деталей должны быть в пределах допусков на наружные диаметры и толщину стенок труб из полиэтилена и полипропилена соответствующего типоразмера.

1.5. Отклонение угла гиба в гнутых отводах не должно превышать  $\pm 3^{\circ}$ .

1.6. Поверхность соединительных деталей должна быть ровной и гладкой. Торцы соединительных деталей должны быть подвергнуты механической обработке. Шероховатость поверхности торцов после обработки не должна быть более  $R_a 20$  по ГОСТ 2789-73.


Для формованных деталей допускаются незначительные следы от формующего инструмента в виде выпуклостей, при которых толщина стенки не выходит за пределы допускаемых отклонений. Трещины, раковины, видимые посторонние включения, следы холодных спаев не допускаются.

Отводы сварные  
90°


60°

Односекторные



Двухсекторные




45°




60°




Тройники радиопроходные  
сварные

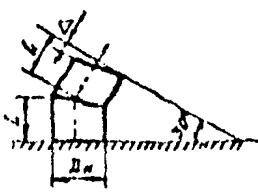



Тройники переходные  
сварные

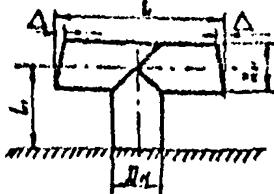

Отводы гнутые

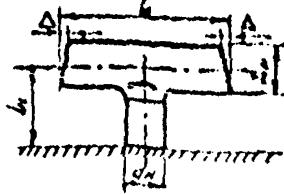

Переходы  
формованные

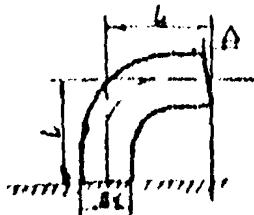

## Стр. 4 ОСТ 36-56-81

1.7. Подготовка труб под сварку, сварка, гнутье, формование должны производиться по стандартам и техническим условиям на конкретные типы соединений и деталей.

1.8. Смещение кромок отдельных элементов свариваемых деталей не должно превышать 10% от nominalной толщины стенки трубы, но не более 1,0 мм.

1.9. Сварной шов должен иметь форму гладкого двойного валика одинаковой высоты по всему периметру. Между валиками должен быть плавный переход. Углубление в середине двойного валика не должно быть ниже наружной поверхности трубы. Размер высоты валика в зависимости от толщины стечок свариваемых труб должен находиться в пределах, указанных в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Толщина стенки | Высота валика |
|----------------|---------------|
| 4,0 - 6,0      | 1,5 - 2,0     |
| 6,0 - 12,0     | 2,0 - 2,5     |
| 12,0 - 17,0    | 2,5 - 3,0     |
| 17,0 - 20,8    | 3,0 - 3,5     |

1.10. Дефектные сварные швы исправлять не допускается.

1.11. Овальность сечения в местах гиба не должна быть более 8%.

1.12. Толщина стенки гнутого отвода в любом месте не должна быть менее 95% nominalной толщины стенки заготовки.

1.13. Некоторые предельные отклонения размеров деталей должны соответствовать  $\pm 16\%$  по СТ ССВ 144-75.

1.14. Соединительные детали должны выдерживать испытание внутренним гидростатическим давлением без признаков разрушения при обработке условий, указанных в табл. 3.

1.15. Изготовитель должен гарантировать соответствие деталей требованиям настоящего стандарта.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Соединительные детали поставляют партиями. Партией считается количество соединительных деталей одного вида, типа и размера, изготовленных из одной партии труб при установившемся тех-

Таблица 3

| Материал детали              | Тип трубы | Температура, °C | Время, ч | Испытательное давление для детали, МПа (кг/см²)                               |   |
|------------------------------|-----------|-----------------|----------|---|---|
|                              |           |                 |          | Отвод сварной и гнутый, вытулка под фланец формованием, переход фор-мированый | Грибник раз-щепоходный, спиральной, пероходной спиральной |
| Полиэтилен низкого давления, | с         |                 |          | 1,8 (18)  | -   |
| Полиэтилен высокого давления | т         | 20              | I        | 3,0 (30)<br>1,6 (16)<br>2,7 (27)  | 1,8 (18)<br>-<br>1,6 (16)                                 |

нологическом режиме. Количество деталей в партии не более 500 штук.

Примечание. По согласованию с потребителем допускаются комплектовать партии деталей по другим признакам.

2.2. Контроль размеров соединительных деталей должен производиться не ранее чем через 16 ч после их изготовления.

Примечание. Маоса изделий не является браковочным признаком.

2.3. Визуальному осмотру и обмеру должна быть подвергнута каждая деталь партии.

2.3.1. Толщина стенки гнутого отвода проверяется только при отработке технологии гнутья, при приемке оснастки или после ее ремонта.

2.4. Испытанию внутренним гидростатическим давлением подвергают 2% деталей, но не менее трех по количеству от партии из числа прошедших контроль размеров и качества поверхности.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний по какому-либо из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве деталей, отобранных из той же партии деталей. В случае отрицательного результата вся партия бракуется.

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний вид поверхности соединительных деталей определяют визуально, без применения увеличительных приборов.

3.2. Контроль размеров деталей производят с помощью шаблонов, угольников, калибров и другого контрольно-измерительного инструмента.

3.3. Овальность отвода в местахгиба вычисляется по формуле

$$Q = \frac{D_B - D_M}{D_N} \cdot 100\%, \text{ где}$$

$D_B$  — наибольший диаметр трубы после гнутья, мм;

$D_M$  — наименьший диаметр трубы после гнутья, мм;

$D_N$  —名义альный наружный диаметр трубы до гнутья, мм.

3.4. Испытание соединительных деталей внутренним гидростатическим давлением проводят на специальных стендах.

Конструкция стендов должна обеспечивать возможность свободной деформации образцов при испытании и полное удаление воздуха из испытуемого образца при заполнении его водой.

Испытание производят водой при температуре  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ .

В течение испытания давление должно поддерживаться с точностью  $2\%$  от испытательного. По окончании испытания детали подвергают внешнему осмотру. Течи и запотевания на поверхности деталей не допускаются.

### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1. Соединительные детали должны быть маркированы нагретым металлическим штампом или другим способом, обеспечивающим четкость изображений. Маркировку наносят на наружную поверхность детали.

4.2. Маркировка должна включать условное обозначение детали без ее наименования.

4.3. Партия соединительных деталей должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и содержащим:  
наименование предприятия-изготовителя;  
условное обозначение детали;

номер партии;  
размер партии;  
дату выпуска.

4.4. Детали упаковывают в тару, обеспечивающую сохранность деталей при транспортировке и хранении.

4.5. Соединительные детали можно доставлять любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.

4.6. Соединительные детали должны храниться на складах, упакованными в тару или на стеллажах на расстоянии не менее I м от нагревательных приборов.

4.7. Условия хранения и транспортировки деталей должны исключать возможность их механического повреждения, деформации, загрязнения, а также воздействия на них прямых солнечных лучей, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

### **5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие соединительных деталей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортировки и хранения, установленных стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения деталей - один год со дня их изготовления, но не более двух лет со дня выпуска труб, из которых изготовлены детали.

По истечении указанного срока соединительные детали перед использованием должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации соединительных деталей стандарт не устанавливает.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 36-56-81**

| Номер<br>изме-<br>нений | Номер листов (страниц) | Номер<br>доку-<br>мента  | Под-<br>пись | Дата | Срок<br>введе-<br>ния из-<br>менений |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------------------------------|
| изме-<br>нен-<br>ных    | заме-<br>нен-<br>ных   | новых<br>лиро-<br>ванных |              |      |                                      |
|                         |                        |                          |              |      |                                      |