

**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
НА P_y 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²)**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 11—2000

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ
НА P_y 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²)**

Технические условия

**ГОСТ
9399—81**

Threaded steel flanges for P_n 20—100 MPa (200—1000 kgf/cm²).
Specifications

МКС 23.040.60
ОКП 41 8411


Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на стальные резьбовые фланцы, применяемые в химической и нефтехимической промышленности для арматуры, соединительных частей и трубопроводов с линзовым уплотнением на P_y 20—100 МПа (200—1000 кгс/см²) и D_y 6—200 мм с температурой от минус 50 до плюс 510 °С.

Требования, установленные в разд. 1—4, являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

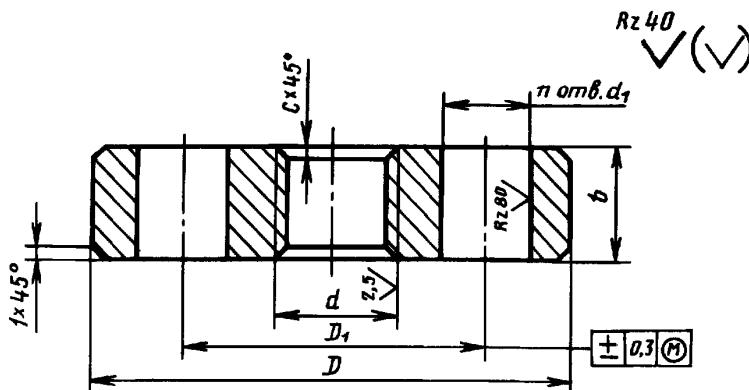

Размеры в мм

Таблица 1

d	D h14	D_1	b h14	c	d_1 H16	n	Масса, кг, не более
M14 × 1,5	70	42	15	1,6	16	3	0,40
M16 × 1,5							0,38
M24 × 2	95	60	20	2,0	18	4	0,95
M33 × 2							1,10
M42 × 2	115	80	25	2,0	22	4	1,60
M48 × 2	135	95	30				2,60

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1981
© ИПК Издательство стандартов, 2004

Р а з м е р ы в м м

Продолжение табл. 1

<i>d</i>	D h14	D ₁	b h14	<i>c</i>	d ₁ H16	<i>n</i>	Масса, кг, не более	
M56 × 3	165	115	35	2,5	24	6	4,50	
M64 × 3					29		4,25	
M80 × 3		145	40		33		7,10	
M100 × 3		170	50	3,0	36		10,50	
M110 × 3		185	55		39		14,00	
M125 × 4		195			42		15,00	
M135 × 4		220	65	4,0	48	8	22,80	
M155 × 4		235	70		55		23,20	
M175 × 6		255	80		59		31,65	
M190 × 6	400	305	85	4,0	55		55,30	
M215 × 6		315	95		59		55,85	
M240 × 6	460	360	105	4,0	84,55	10	84,55	
M265 × 6	480	380	130		106,10		106,10	
M295 × 6	570	460	4,0	164,20	164,20			

П р и м е ч а н и я:

1. Размер M16 × 1,5 допускается только для присоединительных видов арматуры, линзовых отводов и диафрагм.
2. Номинальные диаметры резьбы шпилек под размер *d*₁ указаны в приложении 1.

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я фланца с резьбой M33 × 2 из стали марки 38ХА:

Фланец M33 × 2—38 ХА ГОСТ 9399—81

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фланцы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Марки сталей для изготовления фланцев и параметры их применения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Марка стали	Обозначение стандарта	Предельные параметры применения	
		Температура, °С	Условное давление <i>P_y</i> , МПа (кгс/см ²)
35, 40, 45	ГОСТ 1050	От минус 40 до плюс 200	32(320)
30Х	ГОСТ 4543	От минус 50 до плюс 200	63(630)
40Х, 38ХА, 35ХМ, 30ХМА		От минус 50 до плюс 400	80(800)
25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х3МВФ	ГОСТ 20072	От минус 50 до плюс 510	100(1000)

П р и м е ч а н и е. Стали марок 35, 40, 45 допускается применять на *P_y* до 63 МПа (630 кгс/см²) для фланцев толщиной до 35 мм.

2.3. Фланцы должны изготавляться из сортового проката, штампованных заготовок или поковок.

2.4. Заготовки для фланцев должны быть подвергнуты термической обработке (закалке и отпуску). Режимы термической обработки приведены в приложении 2.

2.5. Механические свойства сталей в термически обработанном состоянии при температуре 20 °С должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Марка стали	Условный предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²)	Временное сопротивление σ_b , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение σ_s , %	Ударная вязкость a_h , Дж/см ² (кгс·м/см ²)	Твердость, НВ			
не менее								
35, 40, 45	275(28)	530(54)	16	59(6)	156—197			
30Х	392(40)	618(63)	15		187—229			
38ХА, 40Х	588(60)	735(75)			235—277			
30ХМА, 35ХМ		13	49(5)	248—293				
25Х1МФ	667(68)				785(80)			
25Х2М1Ф								
20Х3МВФ								

П р и м е ч а н и е. Допускается применять стали марок, разрешенные Госгортехнадзором, если их механические свойства не ниже указанных в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.6. Сдаточными характеристиками являются: временное сопротивление, условный предел текучести, относительное удлинение и ударная вязкость.

2.7. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705 с полем допуска 6Н по ГОСТ 16093.

2.8. Отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к оси резьбы — по XII степени точности ГОСТ 24643.

2.9. Условные давления — по ГОСТ 356.

2.10. Условные проходы — по ГОСТ 28338.

2.11. Поверхности фланцев не должны иметь трещин, раковин, плен, заусенцев и других дефектов, снижающих их прочность.

2.12. Поверхность резьбы должна быть чистой и не должна иметь заусенцев и вмятин, препятствующих ввинчиванию проходного калибра.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каждый фланец должен подвергаться внешнему осмотру на соответствие требованиям пп. 2.10 и 2.11.

3.2. Фланцы должны подвергаться проверке размеров на соответствие пп. 2.1, 2.7 и 2.9.

3.3. Фланцы должна предъявляться к приемке партиями. Партия должна состоять из фланцев одного размера, изготовленных из одной партии заготовок, прошедших совместную термическую обработку.

3.4. Проверку фланцев на соответствие требованиям п. 2.5 следует проводить на основании результатов испытаний каждой партии заготовок.

3.5. Партии заготовок следует составлять из металла одной плавки и одной садки при термической обработке.

3.6. Испытания заготовок на твердость должны проводиться в объеме 100 % от партии.

3.7. Один процент заготовок от партии, но не менее двух фланцев с нижними и верхними значениями твердости в данной партии должны подвергаться испытаниям на соответствие требованиям п. 2.5. Допускается производить отбор заготовок с промежуточными значениями твердости. В этом случае твердость является сдаточной характеристикой.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.8. При числе заготовок в партии менее 20 допускается определение механических свойств проводить на одной заготовке, при этом твердость также является сдаточной характеристикой.

3.9. Число образцов от каждой заготовки должно быть три: один на растяжение и два на ударную вязкость.

3.10. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, следует проводить повторные испытания удвоенного числа образцов из тех же заготовок или других этой же партии с той же твердостью только по виду испытаний, давших неудовлетворительный результат.

3.11. Партию считают годной, если повторные испытания дали положительные результаты.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию заготовок допускается предъявлять к приемке вновь после испытания заготовок с последующим уровнем твердости.

3.12. Заготовки с твердостью, не обеспечивающей получение механических свойств, указанных в табл. 3, допускается предъявлять к сдаче после повторной термической обработки с проведением соответствующих испытаний.

Число повторных термических обработок не должно быть более двух. Дополнительный отпуск не считают повторной термической обработкой.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Внешний осмотр следует проводить визуально.

4.2. Размеры фланцев следует проверять универсальными измерительными инструментами. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.3. Испытание на твердость по Бринеллю — по ГОСТ 9012.

4.4. Испытание на растяжение — по ГОСТ 1497.

4.5. Испытание на ударную вязкость — по ГОСТ 9454 для образца типа 1.

4.6. Механические испытания проводят на тангенциальных или продольных образцах. Допускается образцы для механических испытаний вырезать из специальной пробы того же сечения, как и заготовки фланцев, прошедших совместную термическую обработку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.7. Отбор проб для механических испытаний заготовок из сортового проката — по ГОСТ 7564, поковок — по ГОСТ 8479.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка фланцев в зависимости от марки стали и место маркировки должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

Марка стали	Маркировка
35, 40, 45, 30Х	
40Х, 38ХА, 30ХМА, 35ХМ	
25Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20Х3МВФ	

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.2. На наружной цилиндрической поверхности каждого фланца должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение резьбы;
- номер партии;
- марка стали.

Маркирование производят ударным способом. Высота знаков маркировки — 4 мм.

5.3. Знаки маркировки должны быть отчетливо видны невооруженным глазом.

5.4. Партия фланцев должна сопровождаться паспортом, удостоверяющим соответствие фланцев требованиям настоящего стандарта.

Паспорт должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение резьбы фланца;
- число фланцев;
- номер партии;
- марку стали;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты проведенных испытаний (с указанием даты);
- штамп ОТК.

5.5. (Изменение, Изм. № 1).

5.6. Требования к упаковке и транспортированию — по ГОСТ 12816.

5.7. Фланцы должны храниться в закрытом помещении.

ДИАМЕТРЫ ОТВЕРСТИЙ ПОД ШПИЛЬКИ

Номинальный диаметр резьбы шпильки	Диаметр отверстия d_1 под шпильки, мм	Номинальный диаметр резьбы шпильки	Диаметр отверстия d_1 под шпильки, мм
M14	16	M33	36
M16	18	M36	39
M20	22	M39	42
M22	24	M45	48
M27	29	M52	55
M30	33	M56	59

РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОВОК

Марка стали	Температура нагрева, °C	Охлаждающая среда	Температура нагрева, °C	Охлаждающая среда	
			при закалке		
35	860—880	Вода или масло	560—640	Воздух	
40	850—870		580—620		
45	840—860		600—630		
30Х	850—870		520—570	Вода	
38ХА			530—580		
40Х	850—870		620—660		
30ХМА			660—680		
35ХМ			680—700		
25Х1МФ	930—950	Масло		Воздух	
20Х3МВФ	1030—1060				
25Х2М1Ф	Двойная нормализация: 1030—1050 и 950—970	Воздух			

П р и м е ч а н и е. Температуру нагрева уточняет предприятие-изготовитель.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.81 № 1137
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9399—75
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 356—80	2.9
ГОСТ 1050—88	2.2
ГОСТ 1497—84	4.4
ГОСТ 4543—71	2.2
ГОСТ 7564—97	4.7
ГОСТ 8479—70	4.7
ГОСТ 9012—59	4.3
ГОСТ 9454—78	4.5
ГОСТ 12816—80	5.6
ГОСТ 16093—81	2.7
ГОСТ 20072—74	2.2
ГОСТ 24643—81	2.8
ГОСТ 24705—81	2.7
ГОСТ 28338—89	2.10

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.02.91 № 176
6. ИЗДАНИЕ (январь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1986 г., феврале 1991 г. (ИУС 10—86, 5—91)

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *Н.И. Гавричук*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Подписано в печать 17.02.2004. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,62.
Тираж 134 экз. С 896. Зак. 198.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102