

БЛОКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

Технические условия

ГОСТ

9479—84

(СТ СЭВ 6315—88)

Natural stone blocks for facing products manufacture.  
Specifications

ОКП 57 1411

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на блоки, добываемые из массива горных пород, обладающих декоративными свойствами, и предназначенные для изготовления облицовочных плит, архитектурно-строительных изделий и других облицовочных материалов.

Стандарт не распространяется на стенные блоки из природного камня, а также бесформенные блоки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Блоки должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке и характеризоваться: формой, длиной, шириной, высотой и объемом; качеством поверхности; физико-механическими свойствами породы блока, отделяемого от массива (монолита).

Кроме этого, исходную горную породу, используемую для производства блоков, оценивают петрографической характеристикой, декоративными и физико-механическими свойствами, определяемыми при геологической разведке.

1.2. Блоки должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда или близкую к нему. Блоки должны иметь ширину и высоту от 0,2 до 2,0 м, длину до 3,5 м.

Примечание. Блоки длиной, шириной или высотой более указанных допускается выпускать по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3. Блоки по объему подразделяют на группы в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Группа	I	II	III	IV	V
Объем блока, м <sup>3</sup>	Св. 5,0	Св. 2,0 до 5,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 0,4 до 1,0	Св. 0,01 до 0,04

## Примечания:

1. Изготовление блоков V группы допускается в экономически обоснованных случаях.
2. Допускается относить к III группе блоки из мрамора, кроме белого, объемом св. 0,7 до 2,0 м<sup>3</sup>.

1.4. По виду поверхности блоки подразделяют на пиленные (П) и колотые (К).

Пилеными считают блоки, у которых не менее четырех граней получают выпиливанием. Колотые блоки получают выкалыванием из массива (монолита) горной породы.

Допустимые отклонения от формы и качества поверхности блоков должны удовлетворять требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя			
	Пиленные блоки групп	Колотые блоки групп		
		I—IV	I—III	IV
Отклонение от перпендикулярности двух смежных граней на 1 м грани, мм, не более	60	110	150	100
Высота выступов и глубина впадин по наибольшему просвету под линейкой, мм, не более:				
— для нижней грани	40	100	100	100
— для остальных граней	100	200	100	100

1.5. На блоках не допускается более одной трещины тектонического происхождения с нарушением сплошности шириной не более 0,05 мм и длиной  $1/3$  наименьшего размера граней, распространяющейся на две смежные грани. На блоках допускаются прожилки и полосы, образованные трещинами тектонического проис-

каждения, зацементированными вторичными минералами, которые не выкрашиваются при обработке.

1.6. Физико-механические свойства горной породы блока должны соответствовать значениям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Наименование горной породы	Норма		
	Предел прочности на сжатие в сухом состоянии, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не менее	Коэффициент снижения прочности при насыщении водой, не менее	Марка по морозостойкости, циклы, не менее
Прочные породы			
Гранит, сиенит, габбро, кварцит, диорит, плотный базальт	80 (800)	0,8	F50
Породы средней прочности			
Лабрадорит, диабаз, порфирит, порфир, андезит, липарит, гнейс, трахит	60 (600)	0,7	F50
Мрамор, конгломерат, брекчия, мраморизованный известняк	40 (400)	0,7	F25
Низкопрочные породы			
Пористый базальт, песчаник	30 (300)	0,7	F25
Плотные известняк и доломит, travertин	20 (200)	0,65	F25
Вулканический фельзитовый туф	20 (200)	0,7	F15
Пористые известняк и доломит	10 (100)	0,65	F25
Известняк-ракушечник	10 (100)	0,65	F15
Гипсовый камень	15 (150)	0,65	Не нормируется
Вулканические туфы (кроме фельзитового)	5 (50)	0,7	F25

Примечания:

1. Допускается выпуск блоков с показателями физико-механических свойств, менее приведенных в табл. 3, при условии технико-экономического обоснования их производства и области применения получаемых облицовочных материалов.

2. Требования по морозостойкости не предъявляют к блокам из изверженных горных пород, имеющих водопоглощение 0,5 % и ниже, и к блокам, используемым для производства облицовочных изделий для внутренней облицовки.

3. Пригодность блоков из изверженных горных пород для производства облицовочных материалов, применяемых в конструкциях, соприкасающихся с грунтом (шоколи, парапеты и т. п.), оценивает дополнительно потребитель путем испытания образцов в растворе сернокислого натрия. При этом потеря массы образцов не должна превышать 5 % после 10 циклов испытаний.

4. (Исключение, Изм. № 1).

1.7. Для блоков, используемых для производства облицовочных материалов, применяемых для лестниц и полов (СНиП 2.03.13), истираемость не должна быть более:

2,2 г/см<sup>2</sup> — при слабом механическом воздействии;

1,5 г/см<sup>2</sup> — при умеренном механическом воздействии;

0,5 г/см<sup>2</sup> — при значительном и весьма значительном воздействии.

**1.1—1.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.8. Петрографическая характеристика исходной горной породы, используемой для производства блоков, определяемая при геологической разведке, должна включать:

— наименование породы;

— происхождение (генетическую группу);

— содержание главных породообразующих минералов;

— данные о наличии включений пород и минералов, отрицательно влияющих на долговечность и декоративность облицовочных материалов: сульфидов (пирита, пирротина, халькопирита, сфалерита, галенита), сульфатов (барита, целестина, гипса, ангидрита), гидроокислов железа и других вторичных минералов, не устойчивых к выветриванию. Использование горных пород с указанными включениями для производства блоков, предназначаемых для изготовления плит наружной облицовки и полов зданий и сооружений, допускается только на основе специальных исследований;

— описание текстурных и структурных особенностей;

— оценку микротрещиноватости;

— данные о наличии или отсутствии следов выветривания, вторичных изменений;

— данные о включении пород и минералов, затрудняющих обработку низкопрочных пород вследствие более высокой твердости (например, включения желваков кремня в известняках), а также рыхлых пород и минералов, выкрашивающихся при обработке пород;

— радиационно-гигиеническую оценку.

1.9. Декоративные свойства горных пород, определяемые при геологической разведке, характеризуются цветом, текстурой-рисунком, структурой, просвечиваемостью и отражательной способностью после полировки.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.10. Свойства исходной горной породы, используемой для производства блоков, при геологической разведке характеризуются: истинной плотностью (без пор); средней плотностью (включая поры); пористостью; водопоглощением; пределом прочности (да-

лее — прочностью) на сжатие; коэффициентом снижения прочности горной породы при насыщении водой; морозостойкостью; истираемостью.

Кроме того, по требованию заказчика горные породы характеризуют пределом прочности (далее — прочностью) на растяжение при изгибе.

1.11. Запасы горных пород, используемых для производства блоков, должны быть утверждены в установленном порядке в качестве природного облицовочного камня.

1.12. Блоки из природного камня следует использовать только для производства облицовочных материалов и архитектурно-строительных изделий, указанных в вводной части настоящего стандарта. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается изготовление из блоков групп IV и V бортового камня по ГОСТ 6666, а из блоков группы V — брускатого камня по ГОСТ 23668, шашек и различных товаров народного потребления.

Указанные требования не распространяются на памятники, а также полуфабрикаты, комплекты деталей, заготовки для выполнения заказов на бытовые услуги.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.13. Отделение от массива блоков и монолитов горных пород проводится механическим, буроклиновым, буровзрывным или термическими методами либо сочетанием перечисленных методов, а также при помощи невзрывчатых разрушающих средств.

При буровзрывном методе применяют только метательные взрывчатые вещества и детонирующий шнур (не более двух ниток в шнуре).

Применение других видов взрывчатых веществ допускается только при технико-экономическом обосновании и согласовании на установленный срок с базовой организацией по стандартизации (по перечню Госстроя СССР) при обязательном представлении предприятием в базовую организацию не реже двух раз в год отчета о выходе блоков.

1.14. Для комплексного использования сырья отходы от добычи блоков применяют для производства декоративных плит на основе природного камня по ГОСТ 24099, декоративных щебня и песка по ГОСТ 22856, известняковой муки по ГОСТ 14050 и других целей.

1.15. Обозначение блоков включает группу блоков по объему, генезису породы (петрографическое наименование), виду поверхности, способности исходной горной породы к полировке (полируемые Оп, неполируемые Он), декоративные свойства (характе-

ристика текстуры, структуры и цвета), обозначение настоящего стандарта.

Пример обозначения мраморного блока объемом 4,0 м<sup>3</sup> из полируемой горной породы цвета белого с серым оттенком, мелкозернистой структуры и массивной текстурой:

*Блоки II П—Оп из мрамора серо-белого мелкозернистого массивной текстуры—ГОСТ 9479—84*

1.16. На двух смежных гранях каждого блока должны быть нанесены несмываемой краской, не проникающей в толщу камня, следующие данные:

- индекс блока (первая буква названия месторождения и номер блока);
- линейные размеры блока, м;
- объем блока, м<sup>3</sup>;
- масса блока брутто, т.

На блоках группы V краской наносят индекс и объем блока.

В необходимых случаях допускается вводить дополнительную маркировку, указывающую цвет горной породы и способность к полировке, а также назначение блока.

1.15, 1.16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Блоки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие блоков требованиям настоящего стандарта.

2.2. Приемку блоков проводят партиями. Партией считают блоки одного карьера, одновременно отгружаемые одному потребителю в одном железнодорожном составе или в одном судне.

При отгрузке автомобильным транспортом партией считают блоки, отгружаемые одному потребителю в течение суток.

Приемку блоков осуществляют поштучно.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Объем поставляемых блоков определяют по размерам вписанного прямоугольного параллелепипеда.

2.4. Габаритные размеры блока для транспортирования определяют по описанному прямоугольному параллелепипеду.

Массу блоков для транспортирования определяют взвешиванием на железнодорожных или автомобильных весах, а при их отсутствии — путем умножения средней плотности породы на условный объем блока, равный среднему арифметическому между объемами описанного и вписанного прямоугольного параллелепипеда.

2.5. На предприятии-изготовителе проводят приемочный контроль качества каждого блока и периодическое определение физико-механических свойств породы блока не реже одного раза в год и при переходе к разработке от одной разновидности горной породы к другой в соответствии с табл. 4.

2.6. Потребитель имеет право проводить контрольную приемку блоков, применяя при этом порядок контроля качества и методы испытаний, установленные настоящим стандартом.

**2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

2.7. Каждая партия поставляемых блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:

Таблица 4

Наименование испытания	При геологической разведке	При контроле качества на карьере и на камнеобрабатывающем предприятии	
		приемочном	периодическом
1. Контроль размеров и объемов блоков и качества их поверхности	—	+	—
2. Определение трещиноватости блоков	—	+	—
3. Определение прочности на сжатие	+	—	+
4. Определение коэффициента снижения прочности горной породы при насыщении водой	+	—	+
5. Определение морозостойкости	+	—	+
6. Определение пригодности блоков из изверженных горных пород для производства облицовочных материалов, применяемых в конструкциях, соприкасающихся с грунтом, путем испытания в растворе сернокислого натрия (проводит потребитель)	—	—	—
7. Определение истираемости	+	—	+
8. Определение петрографической характеристики исходной горной породы	+	—	—
9. Оценка декоративных свойств исходной горной породы	+	—	—
10. Определение истинной плотности исходной горной породы	+	—	—
11. Определение средней плотности исходной горной породы	+	—	—
12. Определение пористости исходной горной породы	+	—	—
13. Определение водопоглощения исходной горной породы	+	—	—

## Продолжение

Наименование испытания	При геологической разведке	При контроле качества на карьере и на камнеобрабатывающем предприятии	
		приемочном	периодическом
14. Определение прочности исходной горной породы на растяжение при изгибе (по требованию заказчика)	+	—	—
15. Определение отражательной способности исходной горной породы после полировки с использованием блескомера НИИКС-БМ-3	+	—	—
16. Определение трещин внутри блока для прочных и средней прочности горных пород (ультразвуковой метод)	—	+	—

## П р и м е ч а н и я:

1. Знак «+» означает, что испытание проводят, знак «—» — не проводят.
2. Испытания по пп. 15 и 16 проводят факультативно при наличии технических средств.

— обозначение блока по п. 1.15;

— наименование и адрес предприятия-изготовителя;

— номер и дату составления документа;

— дату отгрузки;

— номер партии;

— породу камня, наименование месторождения;

— физико-механические показатели свойств породы блоков (прочность на сжатие, коэффициент снижения прочности, морозостойкость, истираемость);

— обозначение настоящего стандарта.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

### 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

#### 3.1. Общие положения

3.1.1. Для оценки качества блоков и горных пород, используемых для их производства, проводят испытания в соответствии с табл. 4.

3.1.2. Взвешивание образцов горной породы проводят с погрешностью до 0,1%.

3.1.3. Высушивание образцов до постоянной массы проводят в сушильном шкафу при температуре  $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ .

Постоянной массой образца считают массу, при которой разница между двумя последующими взвешиваниями после высушивания не будет превышать 0,2% массы образца.

Продолжительность перерыва между двумя указанными взвешиваниями образца должна быть не менее 3 ч.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.1.4. Линейные размеры образцов цилиндрической или кубической формы измеряют штангенциркулем с погрешностью до 1,0 мм.

Каждый линейный размер образца вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух измерений параллельных ребер, лежащих в плоскости одной грани.

Диаметр образца цилиндрической формы вычисляют как среднее арифметическое результатов четырех измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров на каждой параллельной плоскости цилиндра.

Высоту образца цилиндрической формы вычисляют как среднее арифметическое результатов измерений четырех образующих цилиндра, расположенных в четвертях его окружности.

Высоту образца кубической формы вычисляют как среднее арифметическое результатов измерений четырех вертикальных ребер.

Для определения площади нижней или верхней грани образца кубической формы вычисляют средние арифметические значения длины каждой пары параллельных ребер данной грани.

Площадь каждого из оснований образца цилиндрической формы вычисляют по среднему арифметическому значению двух взаимно перпендикулярных диаметров.

Площадь поперечного сечения образца вычисляют как среднее арифметическое значение площадей нижнего и верхнего оснований цилиндрического образца или площадей нижней и верхней граней кубического образца.

Объем образца определяют как произведение площади поперечного сечения на высоту.

3.1.5. Подсчет результатов испытаний проводят с точностью до второго знака после запятой, если нет других указаний относительно точности вычисления.

3.1.6. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение параллельных определений, предусмотренных для соответствующего метода.

3.1.7. Температура помещения, в котором проводят испытания с целью определения физико-механических свойств пород, должна быть  $(20 \pm 5)$  °С.

### 3.2. Отбор проб

3.2.1. При геологической разведке исходные пробы для определения показателей физико-механических свойств пород в соответствии с п. 1.10 отбирают из скважин в виде столбиков керна диаметром не менее 40 мм и длиной, не менее чем в два раза превышающей его диаметр, в количестве, достаточном для изготовления не менее 25 образцов-цилиндров, высотой, равной диаметру керна; из других разведочных выработок пробы отбирают в виде штуфов размером не менее  $20 \times 20 \times 20$  см в количестве не менее 10.

Если мощность петрографически однородной части разреза не обеспечивает получение из него пробы, достаточной для изготовления 25 образцов-цилиндров, то допускается составлять пробу из материала аналогичных слоев соседних скважин.

Для определения отражательной способности пород после полировки с использованием блескомера НИИКС—БМ-3 отбирают не менее 3 образцов каждой разновидности в виде штуфов размером не менее  $30 \times 30 \times 30$  см.

3.2.2. Для проведения испытаний на карьере пробы отбирают в виде штуфов размером не менее  $20 \times 20 \times 20$  см из крупных кусков камня, отделившихся от массива при получении блоков. Допускается получение штуфов из блоков, которые не удовлетворяют требованиям табл. 2, исключая трещиноватые блоки.

3.2.3. Для проведения испытаний на камнеобрабатывающем предприятии пробы отбирают в виде штуфов размером не менее  $30 \times 30 \times 30$  см из технологических отходов, образующихся при обработке блоков.


### 3.3. Контроль размеров блоков и качества их поверхности

3.3.1. Измерительный инструмент: поверочный угольник  $90^\circ$  по ГОСТ 3749; поверочная линейка по ГОСТ 8026; измерительная металлическая линейка по ГОСТ 427; измерительная металлическая рулетка по ГОСТ 7502; щуп по ТУ 2—034—225; измерительный шаблон (см. чертеж).

#### 3.3.2. Проведение измерений

Длину, ширину и высоту блоков определяют с погрешностью до 20 мм для блоков групп I—III и до 10 мм — для блоков групп IV, V металлической линейкой длиной не менее 1,0 м, металлической рулеткой или измерительным шаблоном.

Объем блока вычисляют по размерам вписанного прямоугольного параллелепипеда. Результат вычисления округляют до второго знака после запятой для блоков групп I—IV и до третьего знака — для блоков группы V.

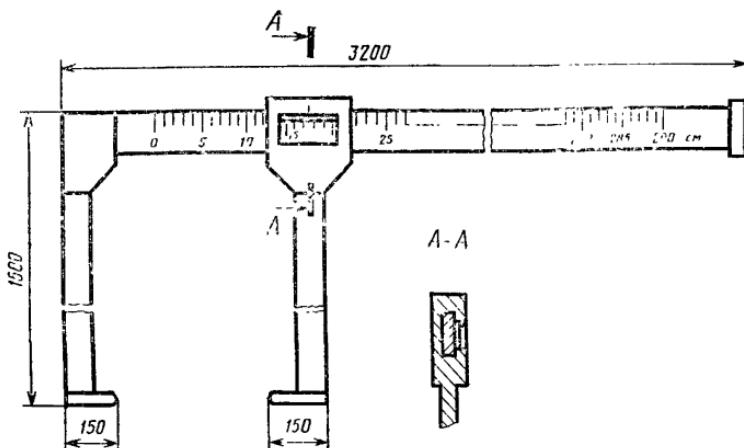

Отклонение от перпендикулярности смежных граней блока от прямого определяют прикладыванием к длинным граням блока угольника и измерением при помощи щупа или линейки значения образовавшегося просвета.

Высоту выступов и глубину впадин на гранях блоков определяют при помощи линейки или щупа по высоте наибольшего просвета под металлической линейкой, накладываемой на грань блока по диагонали и периметру.

### 3.4. Определение трещиноватости блоков

Трещины на блоках определяют наружным осмотром. Длину трещин измеряют металлической линейкой. Ширину трещин определяют при помощи лупы с 10-кратным увеличением и микрометрической шкалой.

#### 3.3.2, 3.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

### 3.5. Определение прочности на сжатие в сухом и насыщенном водой состояниях

3.5.1. Аппаратура: гидравлический пресс по ГОСТ 28840; сосуд для часыщения образцов водой; поверочный угольник 90° по ГОСТ 3749, штангенциркуль по ГОСТ 166.

#### 3.5.2. Подготовка к испытанию

Прочность на сжатие в сухом и насыщенном водой состояниях определяют на 5 образцах кубической формы с ребром 40—50 мм или цилиндрах диаметром и высотой 40—50 мм. Каждый образец очишают щеткой от рыхлых частиц, пыли и высушивают до постоянной массы.

Грань образцов, к которым прикладывают нагрузку пресса, обрабатывают на шлифовальном станке (круге), при этом должна

быть обеспечена их параллельность. Правильность формы образцов проверяют стальным угольником. Для горных пород с выраженной слоистостью оси образцов, по направлению которых проводят сжатие, должны быть перпендикулярны к направлению слоев породы. Образцы должны быть промаркированы стрелкой, которую наносят перпендикулярно к слоистости.

### 3.5.3. Проведение испытания

Перед определением прочности на сжатие в сухом состоянии образцы измеряют штангенциркулем. Затем образец устанавливают в центре опорной плиты и прижимают верхней плитой пресса, которая должна плотно прилегать по всей верхней грани образца.

При испытании нагрузка на образец должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью от 0,3 до 0,5 МПа (от 3 до 5 кгс/см<sup>2</sup>) в секунду.

Значение разрушающей нагрузки должно составлять от 20 до 80% максимального усилия, развиваемого прессом.

#### (Измененная редакция, Изм. № 1).

Для определения прочности на сжатие в насыщенном водой состоянии образцы после измерения штангенциркулем укладываются в сосуд с водой комнатной температуры так, чтобы уровень воды в сосуде был выше верха образцов не менее чем на 20 мм. В таком положении образцы выдерживают в течение 48 ч, после чего их вынимают из сосуда, удаляют влагу с поверхности влажной мягкой тканью, и каждый образец подвергают испытанию на прессе.

### 3.5.4. Обработка результатов

Прочность образца ( $R_{сж}$ ) вычисляют с точностью до 1 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) по формуле

$$R_{сж} = \frac{P}{10F} \quad (R_{сж} = \frac{P}{F}) , \quad (1)$$

где  $P$  — разрушающее усилие пресса, Н (кгс);

$F$  — площадь поперечного сечения образца, см<sup>2</sup>.

Предел прочности на сжатие вычисляют как среднее арифметическое значение результатов испытаний пяти образцов.

### 3.6. Определение коэффициента снижения прочности горной породы на сжатие при насыщении водой

Коэффициент снижения прочности горной породы на сжатие при насыщении водой ( $C$ ) вычисляют по формуле

$$C = \frac{R_{сж}}{R'_{сж}} . \quad (2)$$

где  $R_{сж}$  — средняя прочность насыщенных водой образцов, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );

$R'_{сж}$  — средняя прочность образцов, высушенных до постоянной массы, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ).

### 3.7. Определение морозостойкости горной породы

3.7.1. Аппаратура: холодильная камера, обеспечивающая температуру минус 17—25 °С; сушильный электрошкаф по ГОСТ 16.0.801.397; настольные гиревые или циферблочные весы по ГОСТ 23711; ванна для насыщения водой и оттаивания образцов; гидравлический пресс по ГОСТ 28840.

#### 3.7.2. Подготовка к испытанию

Морозостойкость горной породы определяют на образцах кубической формы с ребром 40—50 мм или цилиндрах диаметром и высотой 40—50 мм.

#### 3.7.3. Проведение испытания

Образцы укладывают в ванну на решетку в один ряд и заливают водой температурой  $(20 \pm 5)$  °С так, чтобы уровень воды в ней был выше верха образцов на 20 мм. Образцы выдерживают в воде в течение 48 ч, после чего воду из ванны сливают. Ванну с образцами помещают в холодильную камеру и доводят температуру в камере до минус 17—25 °С. Продолжительность одного выдерживания образцов в камере при установившейся температуре минус 17—25 °С должна составлять 4 ч. После этого в ванну с образцами наливают проточную или сменяющую воду при температуре  $(20 \pm 5)$  °С и выдерживают в ней при этой температуре до полного оттаивания образцов, но не менее 2 ч. Далее цикл испытаний повторяют.

После 15, 25 и 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, в зависимости от вида испытываемой породы в соответствии с табл. 3, по 5 образцов подвергают испытанию на сжатие по п. 3.5.

#### 3.7.4. Обработка результатов

Потерю прочности образцов ( $\Delta$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$\Delta = \frac{R_{сж} - R''_{сж}}{R_{сж}} \cdot 100, \quad (3)$$

где  $R_{сж}$  — среднее арифметическое значение прочности на сжатие 5 образцов в насыщенном водой состоянии, МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ );

$R''_{сж}$  — среднее арифметическое значение прочности на сжатие 5 образцов после испытания их на морозостойкость МПа ( $\text{кгс}/\text{см}^2$ ).

Если среднее значение потери прочности 5 образцов при сжатии после попеременного их замораживания и оттаивания не превышает 20% при установленном числе циклов, то горная порода отвечает соответствующей марке по морозостойкости.

При потере прочности св. 20% испытываемая горная порода не отвечает соответствующей марке по морозостойкости.

3.8. Определение пригодности блоков из изверженных горных пород для производства облицовочных материалов, применяемых в конструкциях, соприкасающихся с грунтом, путем испытания в растворе серно-кислого натрия

3.8.1. Аппаратура: настольные гиревые или циферблочные весы по ГОСТ 23711; сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397; металлический сосуд для насыщения образцов раствором серно-кислого натрия; щетка по ГОСТ 10597.

### 3.8.2. Подготовка к испытанию

Испытание горной породы в растворе серно-кислого натрия проводят на 5 образцах кубической формы с ребром 40—50 мм или цилиндрах диаметром и высотой 40—50 мм. Каждый образец очищают от рыхлых частиц, высушивают до постоянной массы и определяют его массу взвешиванием на настольных гиревых или циферблочных весах.

### 3.8.3. Проведение испытания

Раствор серно-кислого натрия готовят следующим образом. Отвешивают 250—300 г безводного сернокислого натрия по ГОСТ 4166 или 700—1000 г кристаллического серно-кислого натрия по ГОСТ 4171 и растворяют в 1 л подогретой дистиллированной воды путем постепенного добавления в нее серно-кислого натрия при тщательном перемешивании до насыщения раствора, охлаждают раствор до комнатной температуры, сливают в бутыль и оставляют в покое на 2 сут.

Образцы укладывают в сосуд, заливают раствором серно-кислого натрия так, чтобы они были погружены полностью в раствор, и выдерживают в нем в течение 20 ч при комнатной температуре.

Затем раствор сливают (и используют повторно), а сосуд с образцами помещают на 4 ч в сушильный электрошкаф, в котором поддерживают температуру 105—110 °С.

После этого образцы охлаждают до комнатной температуры, вновь заливают раствором сернокислого натрия, выдерживают в течение 4 ч и вновь помещают в сушильный электрошкаф на 4 ч. В указанной последовательности операцию повторяют десять раз. После десятого цикла попеременного выдерживания в растворе и

высушивания в сушильном электрошкафу образцы промывают горячей водой для удаления серно-кислого натрия, высушивают до постоянной массы и определяют их массу взвешиванием на настольных гирных или циферблочных весах.

#### 3.8.4. Обработка результатов

Потерю массы образцов ( $\Delta m$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$\Delta m = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100, \quad (4)$$

где  $m_1$  — масса образца до испытания, кг;

$m_2$  — масса образца, высшенного до постоянной массы после испытания, кг.

#### 3.9. Определение истираемости горной породы

##### 3.9.1. Аппаратура — по ГОСТ 13087.

##### 3.9.2. Подготовка к испытанию

Истираемость горной породы определяют на 5 образцах кубической формы с ребром 40—50 мм или цилиндрах диаметром и высотой 40—50 мм. Каждый образец очищают щеткой от рыхлых частиц и пыли.

##### 3.9.3. Проведение испытания

Образец подвергают нагрузке в 147 Н (15 кгс). Испытание и обработку результатов проводят по ГОСТ 13087.

#### 3.10. Определение петрографической характеристики горной породы

3.10.1. Петрографическую характеристику пород устанавливают на основании геологической документации всех разведочных, а также имеющихся на месторождении эксплуатационных выработок, естественных и искусственных обнажений с учетом результатов специальных петрографических исследований образцов, приготовленных из исходных геологических проб, отобранных в соответствии с п. 3.2.1.

Петрографическую характеристику горных пород в карьере определяют на основании геологической документации его добывчных уступов с учетом специальных петрографических исследований образцов, приготовленных из исходных геологических проб, отобранных в соответствии с п. 3.2.2.

3.10.2. Макроскопическое изучение проводят на свежем изломе горной породы с определением следующих показателей: структуры и текстуры; цвета и окраски; излома; минералопетрографического состава с указанием примерного содержания породообразующих составляющих; вторичных процессов и их характера.

Для горных пород, содержащих кварц, определяют количество кварца, крупность зерен кварца и характер его распространения среди других породообразующих минералов.

При описании структуры и текстуры горной породы указывают степень спайности и анизотропности, наличие нарушений сплошности породы (стиолитовые швы, «залеченные» трещины, кливаж и др.).

3.10.3. Микроскопическое изучение проводят принятыми в петрографии методами. При слоистости, флюидальности и подобных текстурах изготавливают шлифы в трех перпендикулярных направлениях. Из гигантозернистых и крупнообломочных горных пород изготавливают отдельные шлифы из кристаллов, обломков и основной (цементирующей) массы.

Микроскопическое изучение горной породы в шлифе включает:

- описание минералопетрографического состава;
- описание текстуры и структуры;
- определение кристаллических констант;
- количественное определение породообразующих компонентов;
- описание вредных примесей;
- описание вторичных явлений (новообразованные минералы, прожилки, выщелачивание и др.) с их количественным определением;
- характеристику микротрещиноватости породообразующих компонентов;
- описание вкрапленности и тонкорассеянных выделений;
- наименование горной породы.

3.10.4. Радиационно-гигиеническую оценку горных пород проводят в соответствии с «Нормами радиационной безопасности» НРБ-76/87, утвержденными Минздравом СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.11. Оценка декоративности пород

Оценку декоративности пород проводят визуально, при этом определение отражательной способности пород после полировки допускается проводить в соответствии с п. 3.17.

3.12. Определение истинной плотности исходной горной породы

3.12.1. Аппаратура: пикнометр вместимостью 100 мл по ГОСТ 22524; настольные гиревые или циферблочные весы по ГОСТ 23711 и лабораторные весы по ГОСТ 24104; стаканчик для взвешивания по ГОСТ 23932 или фарфоровая чашка по ГОСТ 9147; фарфоровая ступка по ГОСТ 9147, эксикатор по ГОСТ

23932, сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397; песчаная ванна или водяная баня; щетка по ГОСТ 10597.

### 3.12.2. Подготовка к испытанию.

Для определения истинной плотности каждой петрографической разновидности горной породы отбирают куски камня общей массой не менее 1 кг. Куски камня очищают щеткой от пыли, измельчают до крупности менее 5 мм, после чего перемешивают и сокращают квартованием пробу примерно до 150 г. Полученную пробу вновь измельчают до крупности менее 1,25 мм, перемешивают и сокращают до 30 г. Приготовленную таким образом пробу измельчают в порошок в фарфоровой ступке, насыпают в стаканчик для взвешивания или в фарфоровую чашку, высушивают до постоянной массы и охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе над концентрированной серной кислотой или над безводным хлористым кальцием, после чего отвешивают две навески массой по 10 г каждая.

### 3.12.3. Проведение испытания

Каждую навеску насыпают в чистый высушенный пикнометр и наливают в него дистиллированную воду в таком количестве, чтобы пикнометр был заполнен не более чем на половину своего объема. Затем пикнометр в слегка наклонном положении ставят на песчаную ванну или в водяную баню и кипятят его содержимое в течение 15—20 мин для удаления пузырьков воздуха. Пузырьки воздуха могут быть удалены также путем выдерживания пикнометра под вакуумом в эксикаторе. После удаления воздуха пикнометр обтирают, охлаждают до комнатной температуры, доливают до метки дистиллированной водой и взвешивают. Пикнометр освобождают от содержимого, промывают, наполняют до метки дистиллированной водой комнатной температуры и взвешивают.

### 3.12.4. Обработка результатов

Истинную плотность ( $\rho$ ), кг/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m_0}{m_1 - m_2} \cdot 1000, \quad (5)$$

где  $m$  — навеска порошка, высушенного до постоянной массы, г;

$m_1$  — масса пикнометра с дистиллированной водой, г;

$m_2$  — масса пикнометра с навеской и дистиллированной водой после удаления пузырьков воздуха, г;

$\rho$  — истинная плотность воды, равная 1 г/см<sup>3</sup>.

Расхождение между результатами двух определений не должно быть более 20 кг/м<sup>3</sup>. В случае больших расхождений проводят третье определение и вычисляют среднее арифметическое двух ближайших значений.

3.13. Определение средней плотности исходной горной породы

3.13.1. Аппаратура: настольные гирные или циферблочные весы по ГОСТ 23711, сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397; щетка по ГОСТ 10597.

3.13.2. Подготовка к испытанию

Среднюю плотность горной породы определяют на 5 образцах кубической или цилиндрической формы. Каждый образец очищают щеткой от рыхлых частиц, пыли и высушивают до постоянной массы.

3.13.3. Проведение испытания

Высушенные до постоянной массы образцы взвешивают на настольных гирных или циферблочных весах. Затем измеряют размеры кубов или цилиндров горной породы и определяют объем образца.

3.13.4. Обработка результатов

Среднюю плотность ( $\gamma_0$ ), кг/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\gamma_0 = \frac{m}{V}, \quad (6)$$

где  $m$  — масса образца, кг;

$V$  — объем образца, м<sup>3</sup>.

Среднюю плотность горной породы вычисляют как среднее арифметическое значение результатов определения средней плотности пяти образцов горной породы.

3.14. Определение пористости исходной горной породы

Пористость горной породы определяют на основании предварительно установленных значений истинной плотности и средней плотности горной породы по пп. 3.11 и 3.12.

Пористость горной породы ( $V$ ) в процентах по объему вычисляют по формуле

$$V = \left( 1 - \frac{\gamma_0}{\rho} \right) \cdot 100, \quad (7)$$

где  $\gamma_0$  — средняя плотность горной породы, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho$  — истинная плотность горной породы, кг/м<sup>3</sup>.

3.15. Определение водопоглощения исходной горной породы

3.15.1. Аппаратура: настольные гирные или циферблочные весы по ГОСТ 23711; сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801.397; сосуд с деревянной решеткой для насыщения образцов водой; щетка по ГОСТ 10597.

3.15.2. Подготовка к испытанию

Водопоглощение горной породы определяют на 5 образцах кубической формы с ребром 40—50 мм или цилиндрах диаметром и высотой 40—50 мм. Каждый образец очищают щеткой от рыхлых частиц, пыли и высушивают до постоянной массы. Взвешивание образцов проводят после их полного остывания на воздухе.

### 3.15.3. Проведение испытания

Образцы горной породы укладывают в сосуд с водой комнатной температуры 15—20°C в один ряд так, чтобы уровень воды в сосуде был выше верха образцов на 20 мм. Образцы выдерживают в течении 48 ч, после чего их вынимают из сосуда, удаляют влагу с поверхности влажной мягкой тканью и каждый образец взвешивают. Массу воды, вытекшей из пор образца на чашку весов, включают в массу насыщенного водой образца.

### 3.15.4. Обработка результатов

Водопоглощениe ( $W_{\text{погл}}$ ) в процентах по массе вычисляют по формуле

$$W_{\text{погл}} = \frac{m_1 - m}{m} \cdot 100, \quad (8)$$

где  $m$  — масса образца в сухом состоянии, кг;

$m_1$  — масса образца в насыщенном водой состоянии, кг.

Водопоглощениe горной породы вычисляют как среднее арифметическое значение результатов определения водопоглощения пяти образцов горной породы.

## 3.16. Определение прочности на растяжение при изгибе

Прочность на растяжение при изгибе определяют по ГОСТ 21153.0 и ГОСТ 21153.6.

3.17. Определение отражательной способности исходной горной породы после полировки с использованием блескомера НИИКС—БМ-3.

3.17.1. Аппаратура: блескомер НИИКС—БМ-3; шлифовально-полировальный станок; комплект абразивного или алмазного шлифовального инструмента; полирующая супензия или полировальный инструмент со связанным полирующим материалом.

### 3.17.2. Подготовка к испытанию

Для определения отражательной способности исходной горной породы после полировки с использованием блескомера НИИКС—БМ-3 из каждого штуфа, отобранного в соответствии с п. 3.2.1, выпиливают 3 плитки размером 30×30 см и толщиной от 2 до 3 см.

### 3.17.3. Проведение испытания

Плитки, подготовленные для испытания, шлифуют на шлифо-

вально-полировальном станке и доводят поверхность плит до лощеной фактуры, соответствующей требованиям ГОСТ 9480. Затем поверхность плиток полируют. Через каждые 10 мин полировки измеряют отражательную способность плитки на блескомере НИИКС—БМ-3, предварительно высушив образец и очистив поверхность сухой фланеллю. Для этого световое окно измерительной головки блескомера прикладывают к полированной поверхности образца в девяти точках: два измерения через равные расстояния вдоль всех четырех ребер плитки образца и одно в центре плитки. По проведенным измерениям определяют среднее арифметическое значение показателя отражательной способности горной породы после полировки по испытываемой плите. Полировку образца проводят до тех пор, пока при измерении на блескомере дальнейшее нарастание блеска не превышает 5% предыдущего определения. За показатель отражательной способности горной породы после полировки принимают среднее значение показателей трех испытанных плиток.

Если значение показателя отражательной способности горной породы после полировки составляет св. 85 до 100% эталона, входящего в комплект прибора, то ее считают отличной, св. 70 до 85% — хорошей, св. 35 до 70% — посредственной и 35% и ниже — плохой (неполируемой).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.18. Определение трещин внутри блока для прочных и средней прочности горных пород

Макротрещины внутри блока определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 23829. Метод основан на измерении времени  $t$  распространения акустического импульса между излучающим и приемным акустическим преобразователями, расположенными соосно на противоположных гранях блока на расстоянии  $l$  друг от друга.

Наличие макротрещин, пересекающих ось, на которой расположены преобразователи, приводит к увеличению времени  $t$  и снижению кажущейся скорости  $C_k$  по сравнению с эталонной  $C_0$ , свойственной блокам без трещин.

#### 3.18.1. Аппаратура

Ультразвуковой прибор УК-15П или другие ультразвуковые импульсные приборы для испытания неметаллических строительных материалов, обеспечивающие диапазон без прозвучивания блоков от 0,2 до 2,8 м на резонансной частоте акустических преобразователей не менее 60 кГц и измерение времени распространения акустических импульсов в диапазоне от 20 до 9999 мкс с основной погрешностью не более  $\pm 1\%$ .

Измерительная металлическая линейка по ГОСТ 427.

Измерительный шаблон (см. чертеж).

Молоток.

Щетка по ГОСТ 10597.

### 3.18.2. Подготовка к испытанию

На боковые грани блока мелом наносят измерительную сеть с шагом

$$a=0,2l_{cp}, \quad (9)$$

где  $l_{cp}$  — среднее расстояние между боковыми гранями, на которые наносят сеть, м.

При наличии видимых заколов в точках измерительной сети их отбивают молотком. Поверхность в точках измерений очищают щеткой.

### 3.18.3. Проведение испытания

С помощью ультразвукового прибора в соответствии с его инструкцией по эксплуатации определяют время распространения акустического импульса  $t_i$  между расположенными на противоположных гранях друг против друга точками измерительной сети. С помощью измерительного шаблона или линейки определяют расстояние между этими точками с погрешностью до 1 см.

### 3.18.4. Обработка результатов

По результатам измерений в каждой паре точек рассчитывают кажущуюся скорость распространения акустического импульса ( $C_k$ ), м/с

$$C_k = \frac{l_i}{t_i}, \quad (10)$$

где  $l_i$  — расстояние между расположенными друг против друга точками измерительной сети, м;

$t_i$  — время распространения акустического импульса между расположенными друг против друга точками измерительной сети, с.

Если  $C_k \leq K \cdot C_0$ , то считают, что ось, соединяющую противоположные точки измерительной сети, пересекают трещины ( $K=0,9$  — браковочный коэффициент,  $C_0$  — эталонная скорость, соответствующая блоку без трещин).

$C_0$  определяют как среднее значение, полученное по результатам измерений в двух взаимно перпендикулярных направлениях, проведенных на 10 блоках, технологические испытания (последующая распиловка) которых показали отсутствие трещин внутри блоков. При контроле качества на карьере значение эталонной скорости должно уточняться по результатам ультразвуковых

вого прозвучивания блоков и их последующих технологических испытаний каждый раз при переходе к разработке от одной разновидности горной породы к другой. Для особо ответственных сооружений значение браковочного коэффициента допускается увеличивать до 0,95.

В зависимости от месторождения и ориентации трещин выбирают рациональную схему распиловки блока, позволяющую уменьшить объем потерь при распиловке и определить область его использования.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

##### 4.1, 4.2. (Исключены, Изм. № 1).

4.3. Блоки хранят у изготовителя и потребителя на открытых спланированных площадках, обеспечивающих отвод воды, или под навесами на деревянных подкладках.

Блоки из изверженных пород допускается складировать без подкладок на выравненной площадке. Блоки с низкой морозостойкостью в зимний период времени должны храниться в условиях, предохраняющих их от резкого перепада температур и атмосферных осадков.

##### (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Блоки транспортируют без тары. При погрузке и разгрузке блоков следует принимать меры, предохраняющие ребра и углы блоков от повреждений и загрязнений. Транспортирование блоков выполняют по Правилам перевозок грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным МПС.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН** Министерством промышленности строительных материалов СССР

**РАЗРАБОТЧИКИ**

М. Л. Нисневич, д-р техн. наук; Ю. И. Сычев, канд. техн. наук; Н. С. Левкова, канд. техн. наук; М. И. Лопатников, канд. геогр. наук; Г. В. Курова; И. М. Полтинина; И. В. Викторов; З. А. Азагорян, проф., д-р техн. наук; В. С. Ямщиков, проф., д-р техн. наук; В. Л. Шкуратник, канд. техн. наук; В. Д. Гуняга, канд. техн. наук; М. Ф. Семизоров; В. А. Богословский

**ВНЕСЕН** Министерством промышленности строительных материалов СССР

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30.12.83 № 345

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 9479—76**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166—89	3.5.1	ГОСТ 14050—78	1.14
ГОСТ 427—75	3.3.1, 3.18.1	ГОСТ 21153.0—75	3.16
ГОСТ 3749—77	3.3.1; 3.5.1	ГОСТ 21153.6—75	3.16
ГОСТ 4166—76	3.8.3	ГОСТ 22524—77	3.12.1
ГОСТ 4171—76	3.8.3	ГОСТ 22856—89	1.14
ГОСТ 6666—81	1.12	ГОСТ 23668—79	1.12
ГОСТ 7502—89	3.3.1	ГОСТ 23711—79	3.7.1; 3.8.1;
ГОСТ 8026—92	3.3.1		3.12.1;
ГОСТ 9147—80	3.8.1;		3.13.1;
	3.12.1		3.15.1
ГОСТ 9480—89	3.17	ГОСТ 23829—85	3.18
ГОСТ 10597—87	3.8.1; 3.12.1;	ГОСТ 23932—90	3.12.1
	3.13.1;	ГОСТ 24099—80	1.14
	3.15.1;	ГОСТ 24104—88	3.12.1
ГОСТ 13087—81	3.18.1	ГОСТ 28840—90	3.5.1; 3.7.1
	3.9.1;		
	3.9.3		

*Продолжение*

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ОСТ 16.0.801.397	3.7.1; 3.8.1; 3.12.1; 3.13.1; 3.15.1	СНиП 2.03.13 ТУ 2-034-225-87 НРБ-76/87	1.7 3.3.1 3.10.4

**5. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в  
июле 1989 г. (ИУС 12-89)**